


样品 : TS26072798001
 操作者: 20260730211256
 注释 : 20260730211254
 组 : ScreeningFast塑料
 日期 : 2026-07-30 21:12:59

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				
元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	21

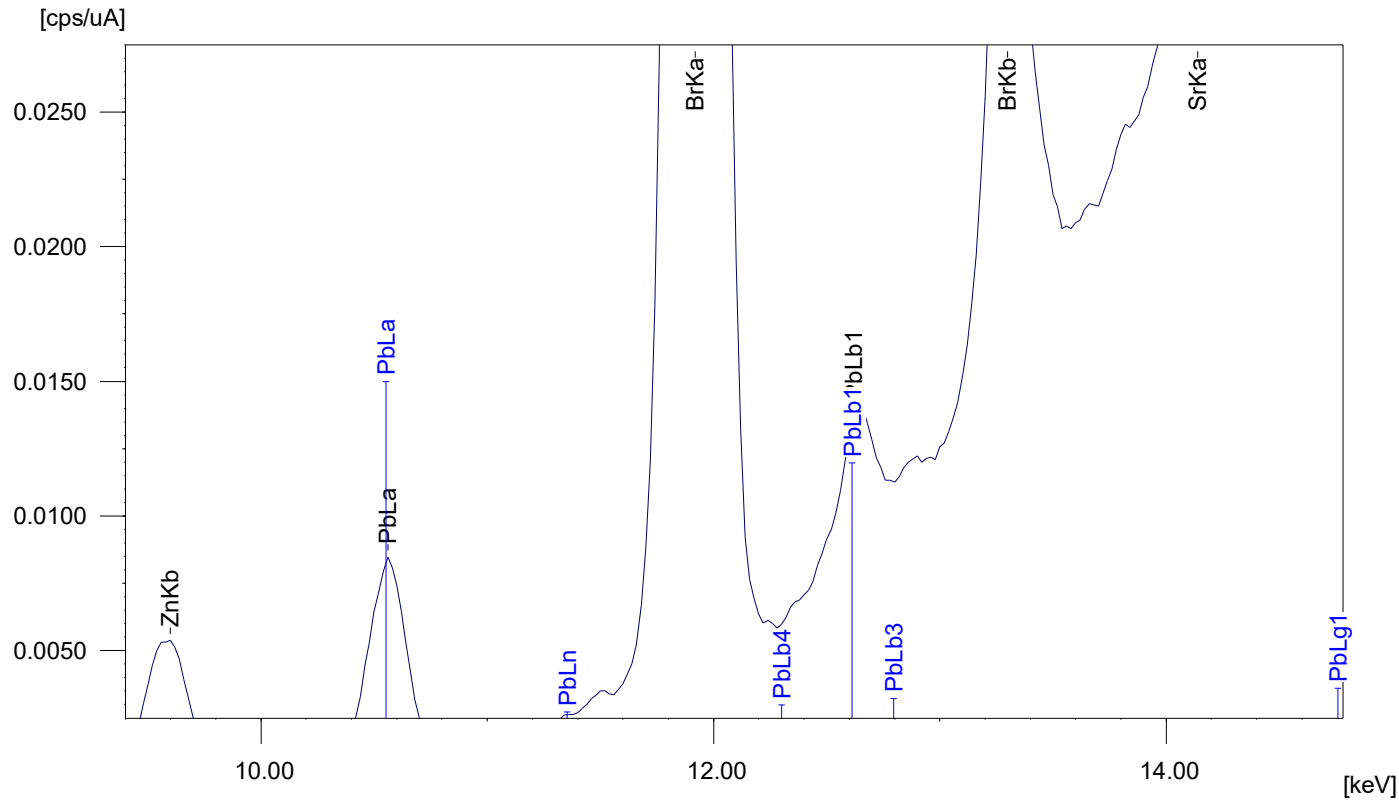

定性结果

元素	Ar, Ca, Ba, Ti, Fe, Cu, Zn, Pb, Br, Sr, Sb
----	--

样品 : TS26072798001
操作者: 20260730211256
注释 : 20260730211254
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:12:59

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度(cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[6.1]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	28.7 mg/kg	[6.0]	定量分析-EC	PbLb1	0.0004
Cr	9.9 mg/kg	[8.9]	定量分析-EC	CrKa	0.0467
Hg	ND mg/kg	[1.6]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	317.5 mg/kg	[5.9]	定量分析-EC	BrKa	0.0130
IntBG	117.928 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	12.085 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.134 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	7.239 %	[0.062]	定量分析-FP	CaKa	244.0981
Ba	0.652 %	[0.014]	定量分析-FP	BaLa	9.7223
Ti	0.524 %	[0.012]	定量分析-FP	TiKa	22.8109
S	0.219 %	[0.031]	定量分析-FP	S Ka	1.6721
Fe	0.180 %	[0.004]	定量分析-FP	FeKa	31.2431
Zn	0.040 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	17.0202
Cu	0.023 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	8.3006
Sr	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	SrKa	4.6071
Plastic	91.080 %	[-----]	平衡	-----	-----