半成品 部件类型	TX2100007-B01

其余 Ra 12.5

受控

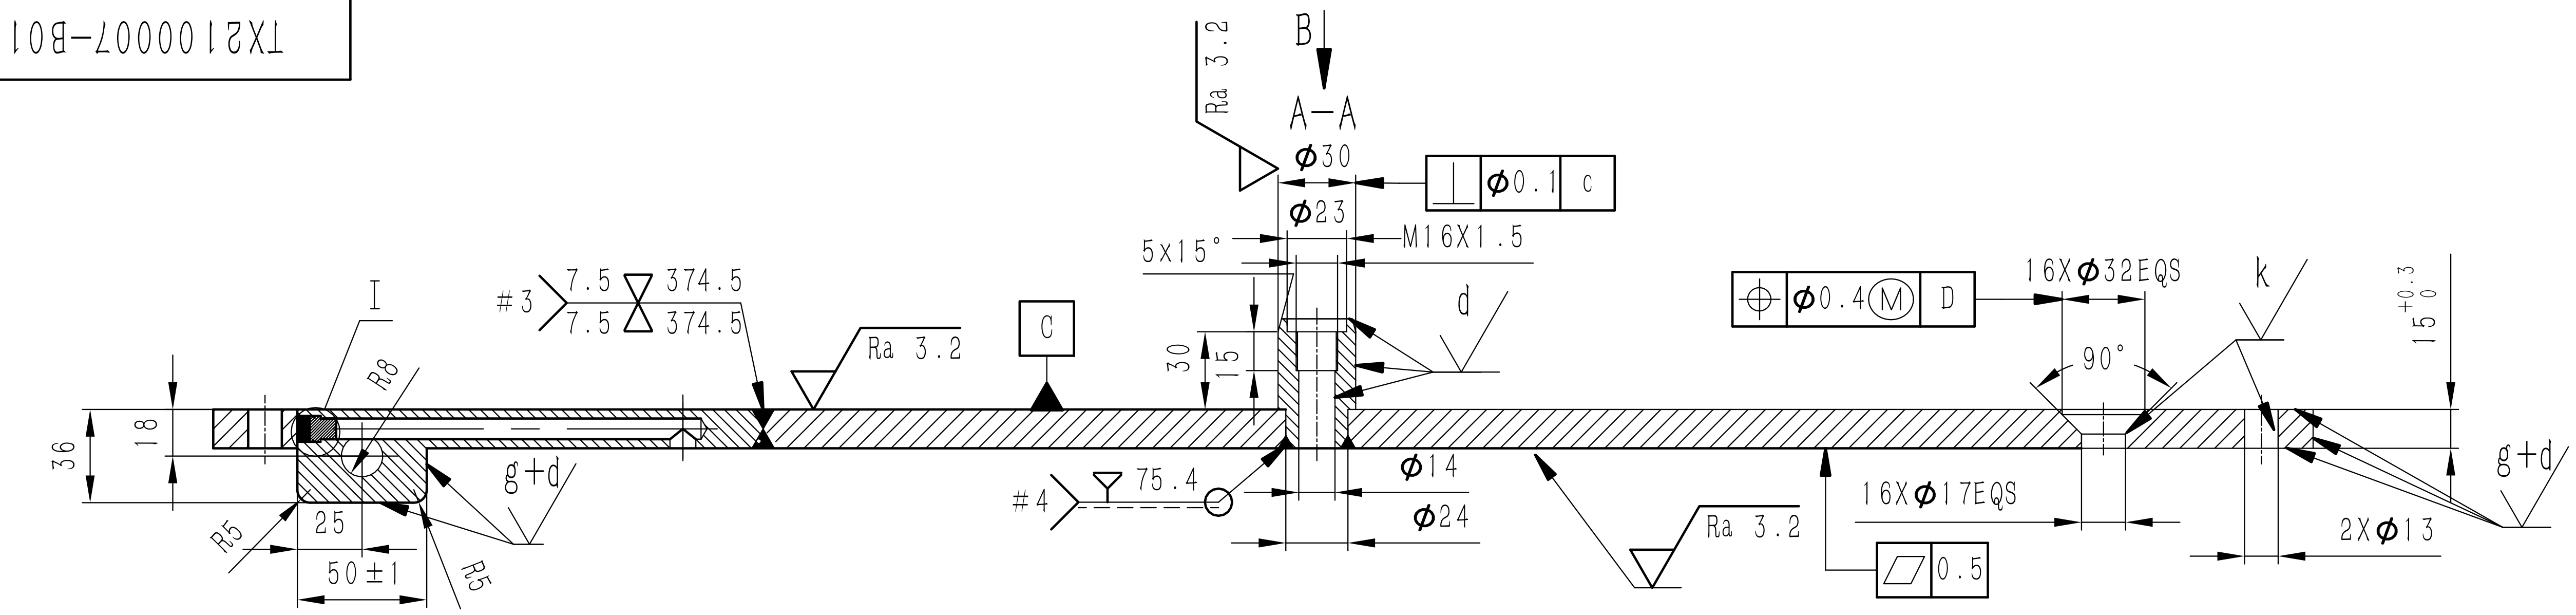

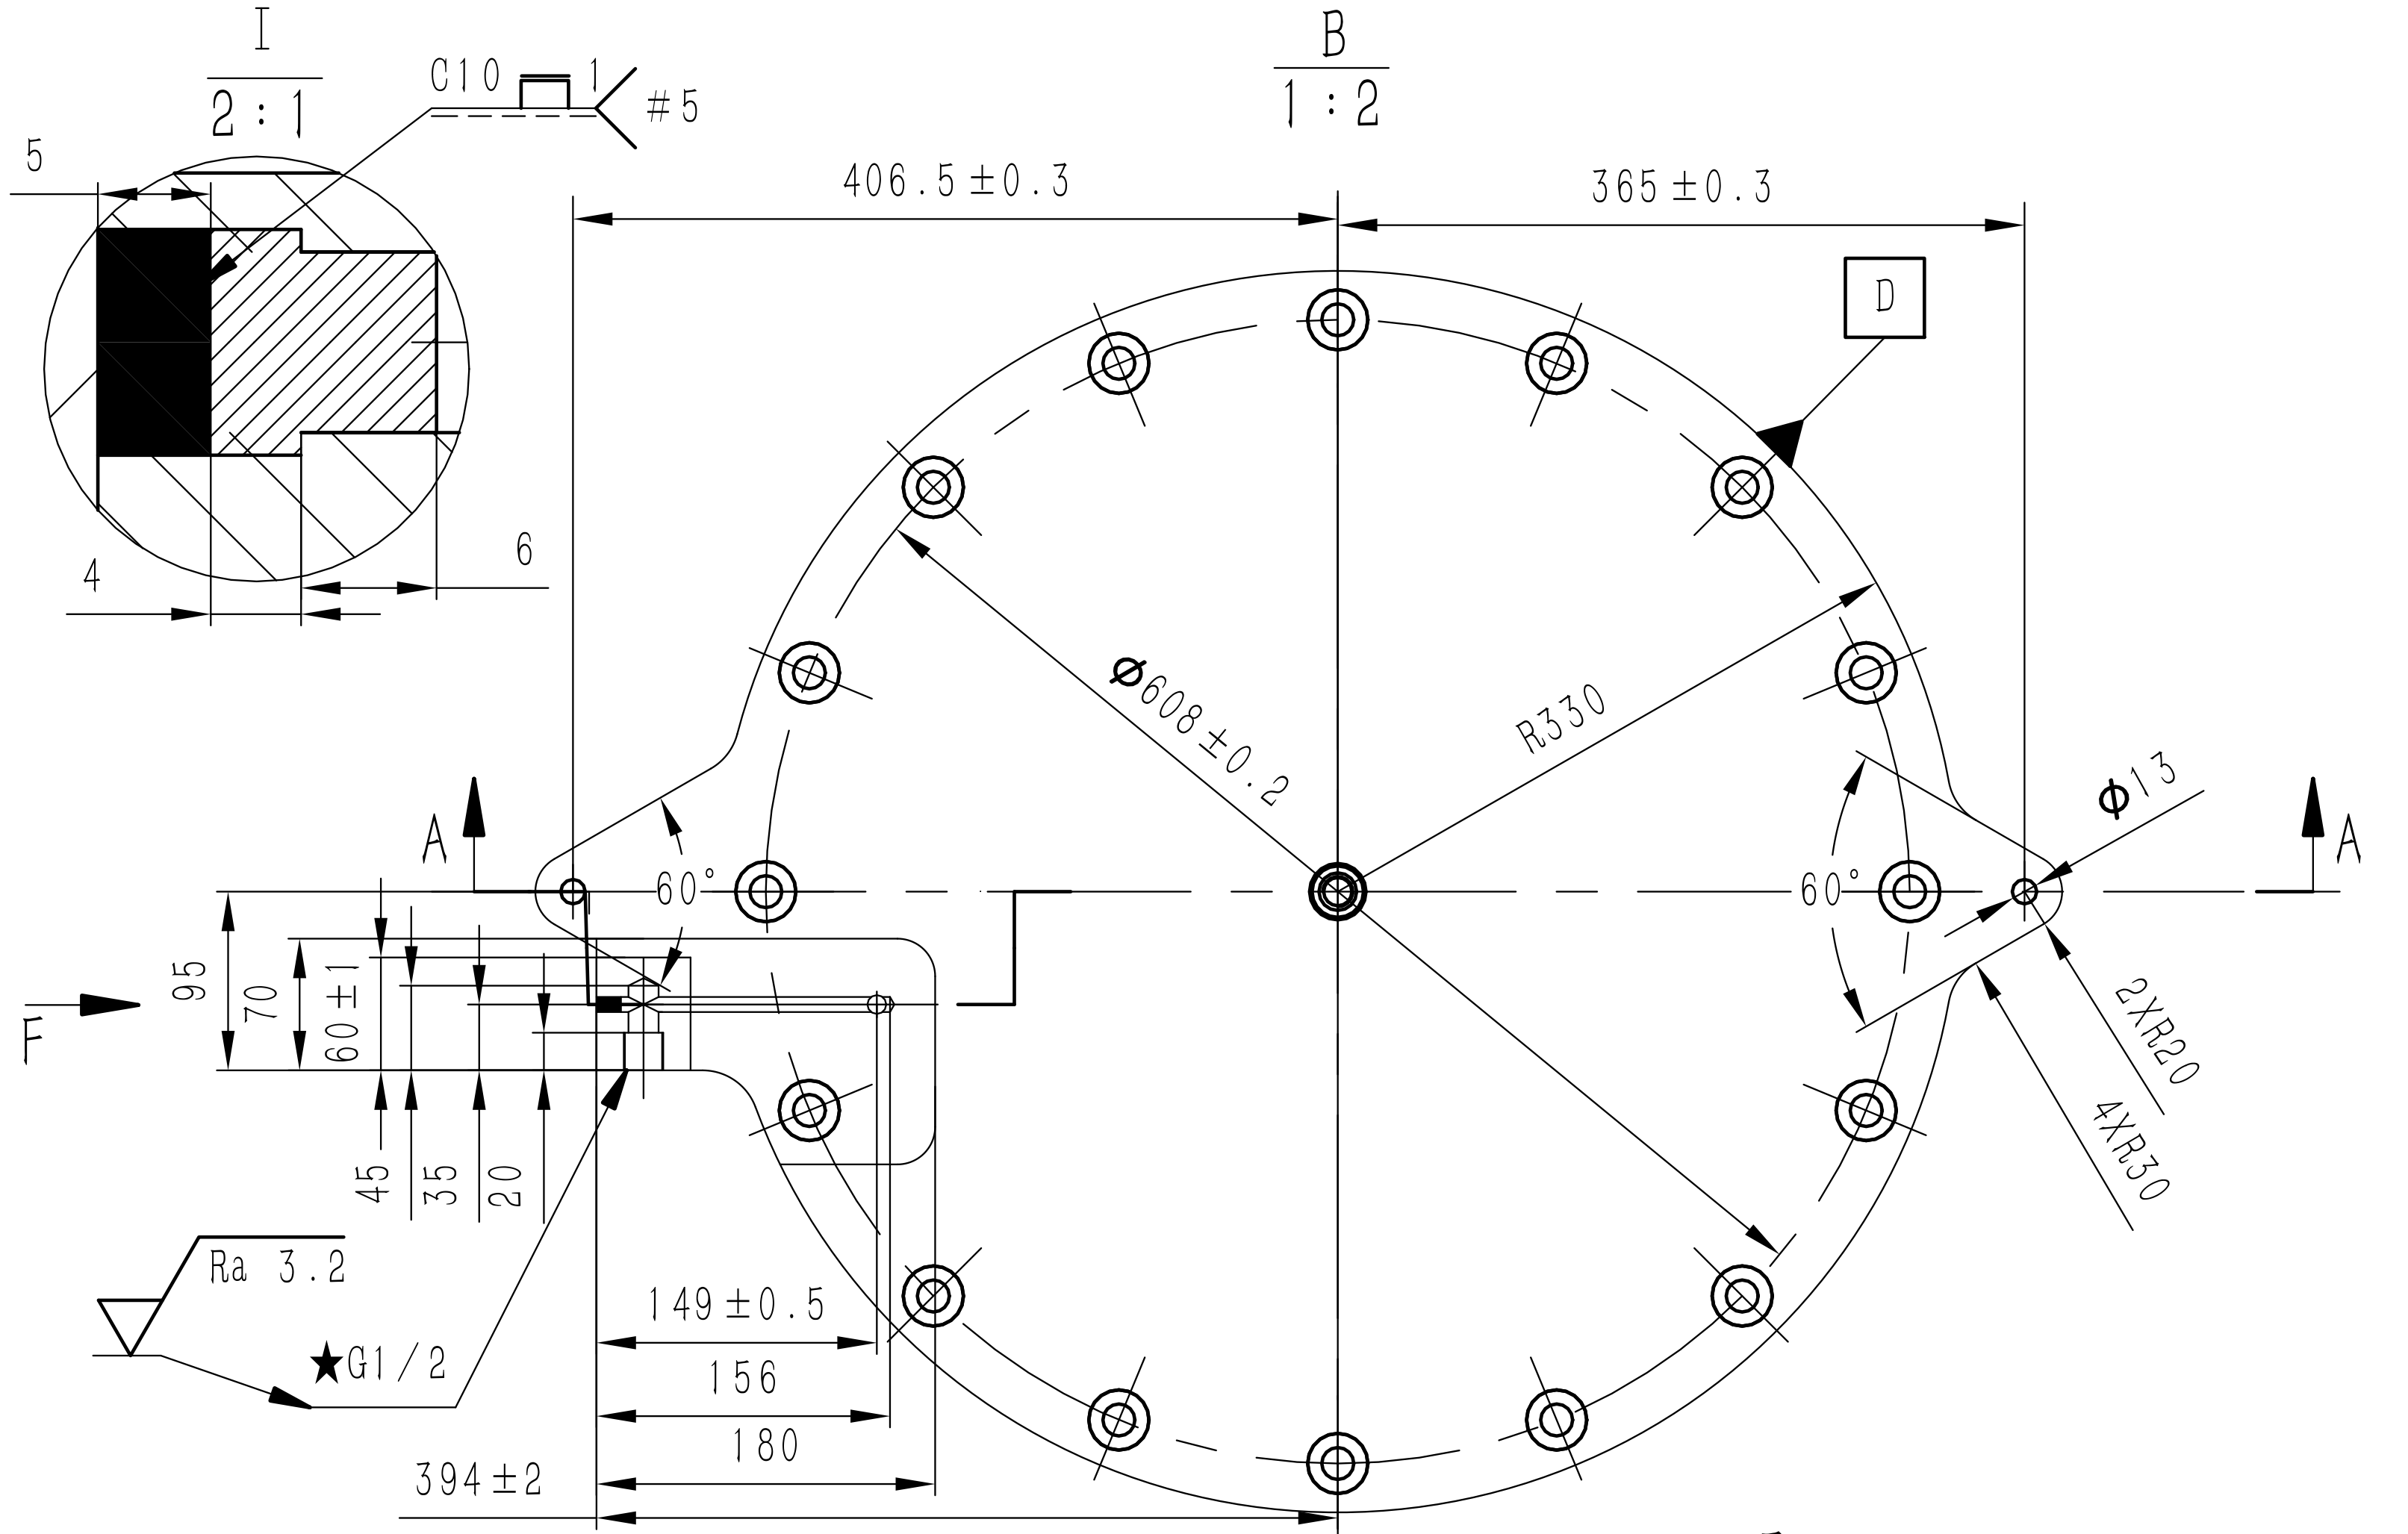

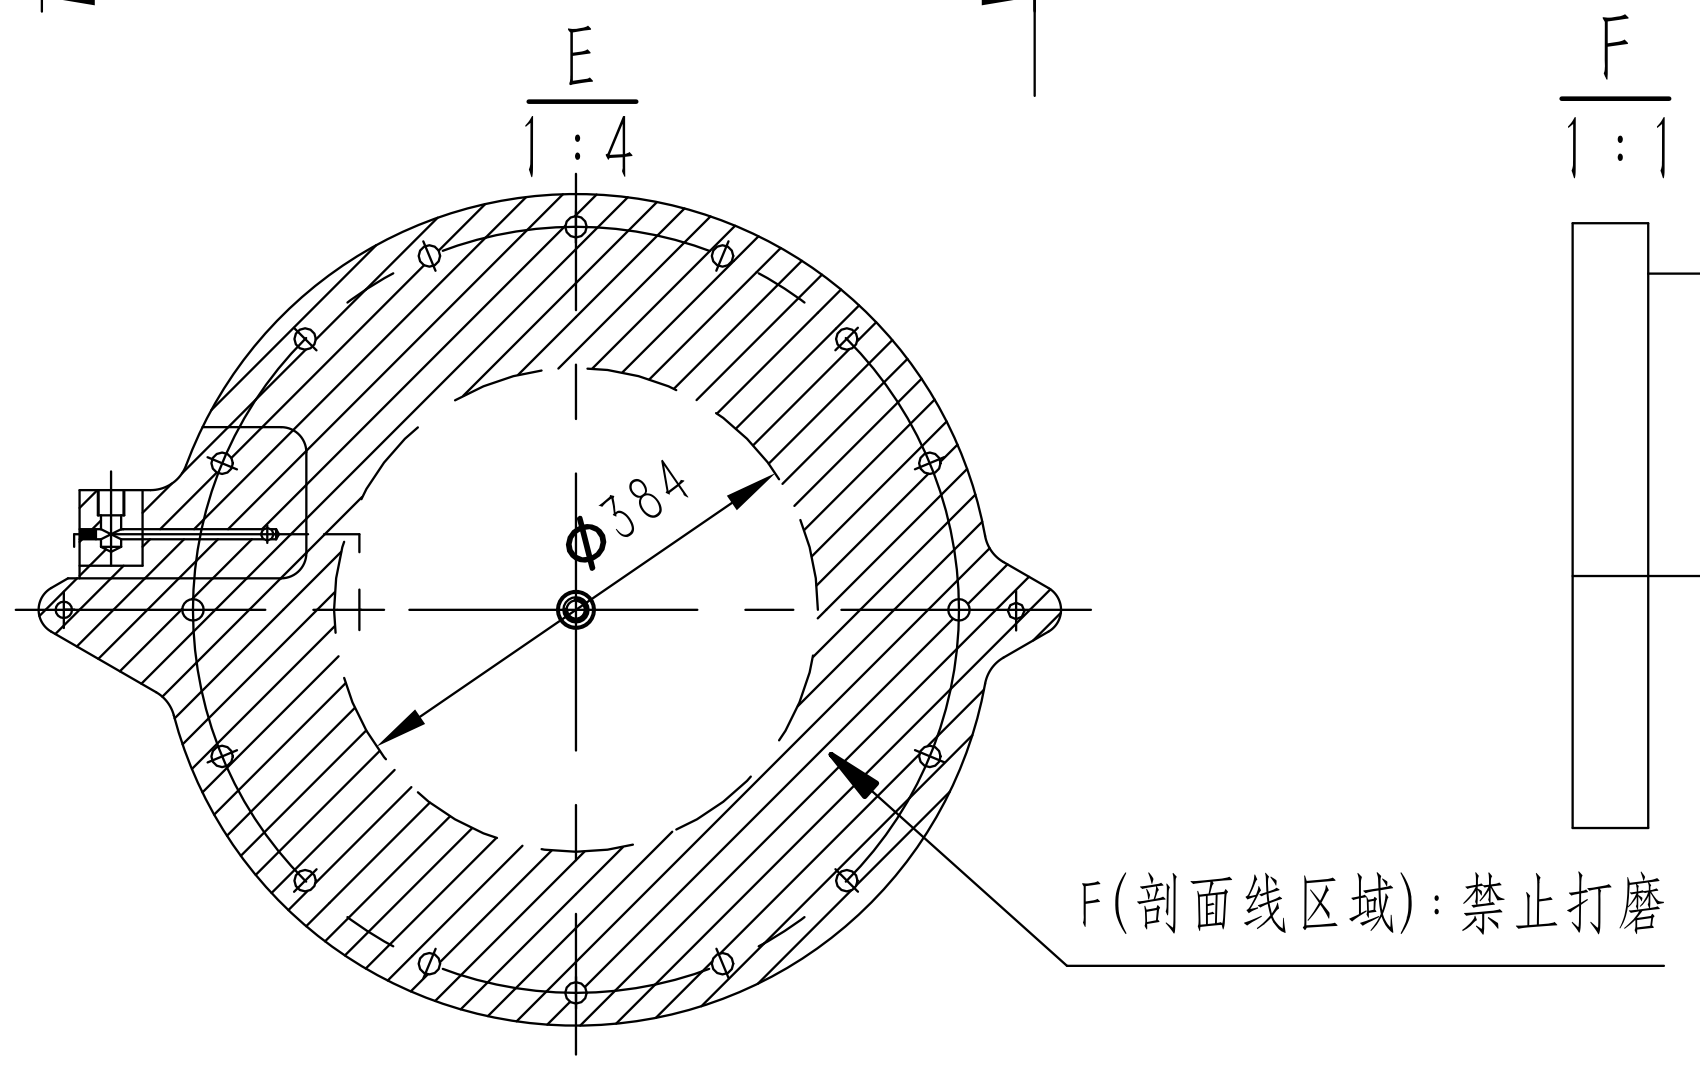

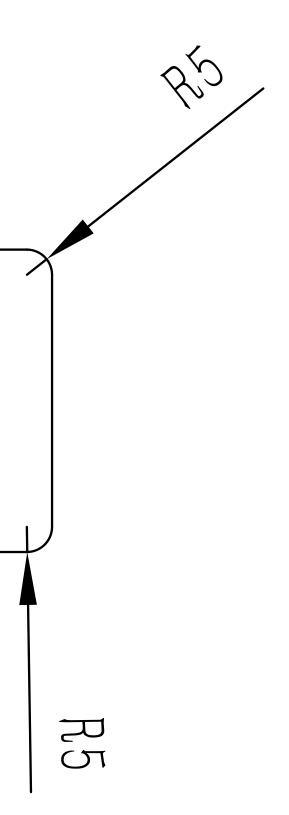

技术要求

1. 去毛刺,锐边修钝;
2. 应采用经过DB认证的焊丝,焊接EN15085证书应得到DB认可;
3. 所有焊缝均有气密性要求，要求耐压2MPa。必须在表面处理之前100%进行0.8MPa的沉水气密性试验，保压5±2分钟，不能漏气;
4. 焊接材料使用G424 C13 Si1,焊缝要求具体要求见左下角，焊缝还需要增加10%MT或PT,100%VT。更多要求需要见德铁规范RIL 951.0010，;
5. P处刻打流水号,要求根据《空气弹簧通用标识规范》TX2000000000A41.
6. 上盖板下表面整体进行加工，F所示区域不允许进行打磨;
7. 图中所有尺寸均为油漆前尺寸,其余要求详见Q/TMT 0104《轨道交通空气弹簧金属件采购技术条件》;
8. 需要进行油漆处理，要求如下:
   a. 油漆品牌:SENOPOX 3455+3454;
   b. 油漆区域:k--接触底漆、g--底漆、d--面漆;
   c. 螺纹孔、通气孔内和其他面涂防锈油，不得有油漆残留;
   d. 颜色:接触底漆和底漆RAL 1015，面漆RAL 9005，色差ΔE≤2.0，光泽度30%-70%;
   e. 厚度:接触底漆20-40μm、底漆60-100μm、面漆140-200μm,底面漆总厚度200-300;μm;
   f. 附着力≤1级，面漆硬度≥2H，底面漆1000h耐盐雾性(NSS)试验板面无起泡、无生锈(ISO 9227)。

备注: ➡为更改项

其余为一般尺寸
标记▲为重要尺寸
标记★为关键尺寸

ISO 2768-mk	-0.2 -0.3　+0.3 +0.2
尺寸未注公差	未注轮廓:ISO 13715

ISO 13920 未注焊接公差AF
EN 15082-2 部件认证等级 CL1
EN 15082-3 未注焊缝质量等级CP C3
EN 15082-3 焊缝检验等级CT4

/	原图版本号
/	提交客户图号及版本号
/	客户图号及版本号
TX2100007-B01	物资编码
GJ-10-135	工作令号

标记	处数	分区	变更文件号	签名	年月日
A	/	/	初版创建	胡宇江	2023/12/22
设计	胡宇江		工艺	段国奇	
校核	梁弘毅				
审核	陈文海		标准化		
			批准		

Q355NE

版权专有　违者必究

520A上盖板(左)-油漆一体化

版本号	重量	比例
A	41.54	1:3

TX2100007-B01

第 1 张　共 1 张

投影符号　A3