

# TRANSPORT DE LA CALOR: ESTUDI DEL TRANSPORT DE LA CALOR EN UNA BARRA METÀL·LICA

30 D'OCTUBRE DE 2024

Miguel A.  
1637738

Daniel B.  
1603508

Sergi R.  
1607805

## RESUM

En aquesta pràctica s'estudien els fenòmens de transport de la calor en metalls. Es construeix un model teòric del nostre sistema a partir de les equacions de Fourier i Newton i de la llei d'Stefan-Boltzmann. A partir de dos sistemes formats principalment per barres metàl·liques i una manta calefactora comprovem experimentalment la coherència del model teòric presentat i discutim les seves limitacions i assumpcions.

## 1 Introducció i objectius

El transport de calor es pot realitzar de tres maneres diferents: conducció, convecció i radiació. Totes tres formes participen alhora en qualsevol sistema termodinàmic clàssic.

La conducció d'una placa d'espessor infinitesimal ve descrita per la llei de Fourier:

$$\frac{dQ}{dt} = -KA \frac{dT}{dx} \quad (1)$$

on  $K$  és la conductivitat tèrmica i  $A$  l'àrea de la placa. La conducció considera el transport de calor essencialment de la matèria condensada, on dos sistemes en contacte intercanvien energia sense haver transport de matèria.

La convecció és un fenomen que té en compte l'intercanvi d'energia per mitjà de l'intercanvi de matèria. Tot i ser complicat de desenvolupar-la teòricament, com a aproximació d'un sistema on intervé un sòlid i un fluid, podem descriure la convecció amb la llei empírica de refredament de Newton:

$$\frac{dQ}{dt} = -\lambda A(T - T_a) \quad (2)$$

on  $\lambda$  és el coeficient de convecció,  $A$  l'àrea de contacte entre el sòlid i el fluid i  $T_a$  la temperatura del fluid.

La radiació és l'intercanvi de calor sense necessitat de cap material, només a través d'ones electromagnètiques. Aquest mecanisme ve descrit per la llei d'Stefan-Boltzmann:

$$\frac{dQ}{dt} = e\sigma_{\text{SB}}AT^4 \quad (3)$$

on  $e$  és l'emissivitat característica del cos que conforma el sistema,  $\sigma_{\text{SB}} = (5.6697 \pm 0.0029) \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$  és la constant d'Stefan-Boltzmann i  $A$  és la superfície del cos.

Durant aquesta pràctica comprovarem com i quant aporten aquestes contribucions de calor per a dos sistemes diferents, formats per barres de metalls diferents. Considerant una barra sòlida amb una forma cilíndrica ideal podem construir un model teòric per al nostre sistema. Menyspreant les contribucions per radiació (més endavant comprovarem que això no causa problemes) arribem a l'equació diferencial

$$\frac{\partial \theta_x}{\partial x^2} = \frac{2\lambda}{Kr} \theta_x + \frac{c\rho}{K} \frac{\partial \theta_x}{\partial t} \quad (4)$$

on  $\theta_x$  és la diferència de temperatura respecte a l'ambient a la posició  $x$  i  $c$  i  $\rho$  la capacitat calorífica i la densitat del material, respectivament.

Considerant un sistema estacionari per a

resoldre l'Equació (4) obtenim la solució:

$$\theta(x) = \theta_0 e^{-px} \quad (5)$$

on  $p = \sqrt{2\lambda/Kr}$ . Considerant la temperatura a l'origen una funció periòdica obtenim la solució:

$$\theta(x, t) = \theta_0 e^{-px} + A_0 e^{-mx} \cos\left(\frac{2\pi}{\tau} - hx\right) \quad (6)$$

on  $\tau$  és el període d'oscil·lació i es compleix  $p^2 = m^2 - h^2$  i  $mh = \rho\pi c/K\tau$ . Si fem una mitjana temporal d'aquesta solució recuperem la solució estacionària:

$$\langle\theta(x, t)\rangle = \theta_0 e^{-px} \quad (7)$$

Si ens fixem novament en la solució permanent, podem observar que existeix un desfament de les ones al llarg de l'espai

$$\varphi_i = hx_i \quad (8)$$

aquest fet serà útil per a calcular la variable  $h$  ja que també es complirà que

$$\Delta\varphi_i = h\Delta x \quad (9)$$

Notem que les oscil·lacions tenen una amplitud que decau amb la distància, sabent això podem calcular la variable  $m$  fent

$$\frac{a_i}{a_j} = e^{-m(x_i - x_j)} \quad (10)$$

Gràcies a aquestes definicions, podem trobar també un valor per al coeficient de convecció de forma que

$$\lambda = \frac{1}{2}[Kr(m^2 - h^2)] \quad (11)$$

El nostre sistema estacionari està conformat per tres barres metàl·liques [2]. Una és d'alumini (Al), una altra de llautó (Cu-Zn) i una altra de ferro (Fe). Totes tres de la mateixa longitud i de radis similars. A un extrem de cada barra situem una manta calefactora que els mantindrà a una temperatura elevada. Per a evitar que l'escalfament de l'aire per conducció afecti a les

aportacions per convecció del nostre sistema fem servir un ventilador que mou l'aire al voltant de l'extrem i del mig de les barres. Cada barra té un conjunt de forats situats a la posició  $x_i$  respecte al forat més a prop de la manta calefactora, separats entre ells per una distància  $d = (10, \pm 0.5)$  cm. Les mesures de temperatura les realitzem de des de l'extrem fred fins a l'extrem calent, passant pel forat  $x_i$  de les tres barres consecutivament. L'objectiu d'això és aminorar el temps de la presa de mesures, ja que en cas contrari hauriem d'esperar entre mesura i mesura a que el termòmetre torni a rondar la temperatura ambient.

El sistema permanent consisteix de dues barres d'alumini, de gruix diferent cadascuna, connectades de forma similar al sistema estacionari. La manta calefactora està connectada a un sistema automatitzat que escalfa les barres de forma periòdica. També en recull les dades de temperatura provinents de tres termoparells situats a les posicions (respecte al primer termoparell) 0 cm, 10 cm i 15 cm per a la barra gran i 0 cm, 10 cm i 20 cm per a la barra petita.

## 2 Resultats i discussió

### 2.1 Estat estacionari

Segons el desenvolupament teòric que seguim no podem negligir les diferències de radi entre les tres barres metàl·liques. Mesurem a l'inici, al mig i al final el diàmetre de cada barra i obtenim els valors promig de la Taula 1.

Taula 1: Valors promig del radi de cada barra

| Material | $r$ ( $\pm 0,001$ ) [cm] |
|----------|--------------------------|
| Al       | 1,524                    |
| Cu-Zn    | 1,518                    |
| Fe       | 1,573                    |

A més, al llarg de l'experiment el laboratori ha anat canviant lleugerament de temperatura ambient. Per aquest motiu a l'hora de calcular els increments de tempe-

ratura  $\theta_x$  farem servir com a temperatura ambient de referència la mitjana de tres mesures (veure Taula 17 a l'Annex). Per tant, el valor de la temperatura ambient al laboratori és:  $T_a = (24,73 \pm 0,19)^\circ\text{C}$ .

A partir de les dades de temperatura obtingudes per a cada barra obtenim la gràfica de la Figura 2.1. Es pot veure com l'increment de temperatura decau de forma exponencial amb la distància al punt calent, tal com es podia preveure del desenvolupament teòric. Fent servir codi en Python obtenim un ajust exponencial de les dades mesurades. Aquest ajust es pot observar també a la Figura 2.1, i les dades dels coeficients ajustats a la Taula 2.

Taula 2: Coeficients  $a$  i  $b$  de l'ajust exponencial, amb model  $y = ae^{bx}$ , per als punts experimentals mesurats per l'alumini, el llautó i el ferro.

| Material | $a [^\circ\text{C}]$ | $b (\cdot 10^{-2}) [\text{cm}^{-1}]$ |
|----------|----------------------|--------------------------------------|
| Al       | $95,11 \pm 0,97$     | $-3,025 \pm 0,051$                   |
| Cu-Zn    | $81,5 \pm 2,2$       | $-4,53 \pm 0,21$                     |
| Fe       | $95,1 \pm 1,3$       | $-8,03 \pm 0,22$                     |

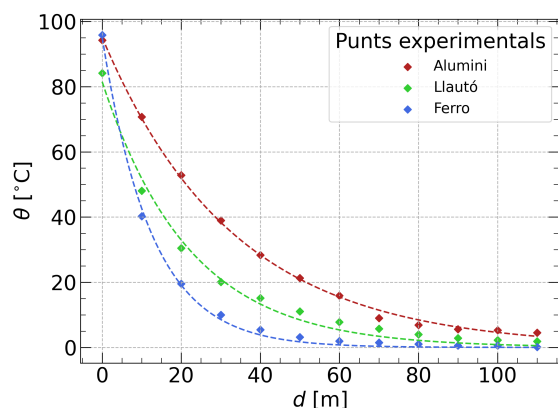


Figura 1: Increment de temperatura  $\theta$  respecte a la distància, punts experimentals i regressió exponencial. Coeficients de regressió:  $r_{\text{Al}}^2 = 0,999$ ,  $r_{\text{Cu-Zn}}^2 = 0,991$  i  $r_{\text{Fe}}^2 = 0,998$

Per a trobar el valor experimental de  $p$  de l'Equació (7) apliquem logaritme als valors experimentals per a poder realitzar una regressió lineal. Observem aquestes dades experimentals i les rectes de regressió a la

Figura 2.1. A la Taula 3 s'observen els valors ajustats de les regressions.

Taula 3: Coeficients  $a$  i  $b$  de l'ajust lineal, amb model  $y = ax + b$ , per al logaritme de l'increment de temperatura  $\theta$  per a l'alumini, el llautó i el ferro.

| Material | $a (\cdot 10^{-2}) [\text{cm}^{-1}]$ | $b$               |
|----------|--------------------------------------|-------------------|
| Al       | $-2,97 \pm 0,12$                     | $4,517 \pm 0,080$ |
| Cu-Zn    | $-3,40 \pm 0,11$                     | $4,164 \pm 0,070$ |
| Fe       | $-5,20 \pm 0,26$                     | $4,07 \pm 0,17$   |

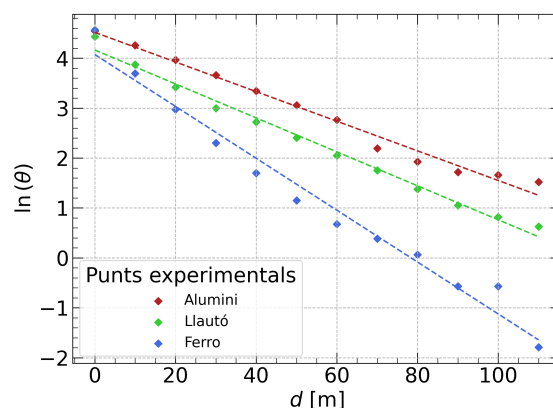


Figura 2: Regressió lineal del logaritme de les temperatures per a cada material. Coeficients de regressió obtinguts:  $r_{\text{Al}}^2 = 0,983$ ,  $r_{\text{Cu-Zn}}^2 = 0,990$ ,  $r_{\text{Fe}}^2 = 0,976$ .

Tenint en compte de l'equació (5), que val  $p$  (el valor absolut de les  $a$  a la Taula 3) i suposant el mateix valor constant del coeficient  $\lambda$  per als tres metalls observem la temperatura d'un metall decau com  $(Kr)^{1/2}$ . Deduïm doncs que la conductivitat tèrmica dels tres metalls és diferent i que es compleix

$$K_{\text{Fe}} < K_{\text{Cu-Zn}} < K_{\text{Al}}$$

i que existeixen les relacions

$$\frac{K_i r_i}{K_j r_j} = \frac{p_j^2}{p_i^2}$$

on  $i$  i  $j$  prenen valors dels diferents metalls que estem estudiant (Al, Cu-Zn i Fe). Observant la relació d'ordre de magnitud de les  $K$  per a cada metall, podem presentar una conseqüència pràctica. En el cas d'haver de fabricar canonades o radiadors per a una instal·lació d'un sistema de calefacció

amb un bon rendiment tèrmic, podem escollir, d'entre els metalls que estudiem en aquesta pràctica, aquells materials adients segons el que interressi. En el cas del radiador ens interessa un material amb una bona conductivitat que pugui escalfar l'aire que l'envolta. En el cas de les canonades, si són exteriors ens interessa un material amb molt poca conductivitat, si són internes no és necessari que tinguin poca conductivitat, però sí que s'ha de garantir que no hi ha massa pèrdues de calor en l'aigua que hi circula. Per tant, el radiador s'hauria de fabricar amb alumini, les canonades exteriors de ferro, i les interiors de llautó.

Fent recerca a la literatura trobem el valor de la conductivitat tèrmica del ferro<sup>1</sup> [3]:

$$K_{\text{Fe}} = 0,802 \text{ W/cmK}$$

Fent servir les relacions anteriors i el valor trobat a la literatura podem calcular, aproximadament, els valors de la conductivitat tèrmica dels altres dos metalls. Podem comparar aquests valors obtinguts amb els que podem trobar a la literatura. S'observen totes aquestes dades a la Taula 4.

Taula 4: Comparació de la conductivitat tèrmica experimental i teòrica segons el patró ferro. [3] [4]

| Material | $K_{\text{exp}}$ [W/cmK] | $K_{\text{teo}}$ [W/cmK] |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| Al       | $2,54 \pm 0,28$          | 2,37                     |
| Cu-Zn    | $1,94 \pm 0,21$          | 1,09                     |

Com a aproximació alternativa podem fer servir, en comptes del ferro, l'alumini com a patró. Aplicant les mateixes relacions que amb el ferro obtenim les dades de la Taula 5.

Taula 5: Comparació de la conductivitat tèrmica experimental i teòrica segons el patró alumini. [3] [4]

| Material | $K_{\text{exp}}$ [W/cmK] | $K_{\text{teo}}$ [W/cmK] |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| Cu-Zn    | $1,81 \pm 0,17$          | 1,09                     |
| Fe       | $0,748 \pm 0,078$        | 0,802                    |

Observant aquestes dues darreres taules notem com el càlcul experimental de  $K_{\text{Al}}$  se-

gons el patró ferro i de  $K_{\text{Fe}}$  segons el patró alumini són coherents amb les dades obtingudes de la literatura d'aquests mateixos coeficients. En canvi, el valor de  $K_{\text{Cu-Zn}}$  tant per al patró ferro com per al patró alumini difereix, el valor que trobem a la literatura no entra dins de les incerteses. Això ens porta a deduir que possiblement la hipòtesi inicial de considerar les  $\lambda$  iguals per a tots tres materials no era correcta. També cal considerar que la constant de conductivitat tèrmica pot dependre de la temperatura i d'altres propietats micorscòpiques de cada material, i considerar-la constant és una simplificació. [1]

D'igual manera, les pèrdues per convecció sofreixen una altra simplificació a l'hora de calcular l'àrea de contacte amb l'aire, el nostre model considera una barra sense forats. Tot i això aquesta simplificació no ens porta a obtenir resultats incoherents amb la teoria. Si les barres fossin totalment buides aquest canvi de l'àrea seria rellevant i canviarien els nostres resultats experimentals, hauriem de revisar el desenvolupament teòric.

Com a darrera simplificació que pateixen els nostres resultats podem fixar-nos en que no considerem els efectes de la radiació. Comparem les aportacions de conductivitat, convecció i radiació. Observant les expressions de les Equacions (1), (2) i (3) podem observar que per al nostre sistema es compleixen els següents lindars:

$$|P_F| \leq |P_F(x=0)|$$

per a l'aportació de l'equació de Fourier,

$$|P_N| \leq |P_N(T = T_{\text{max}})|$$

per a l'aportació de l'equació de Newton i

$$|P_{\text{SB}}| \leq |P_{\text{SB}}(T = T_{\text{max}})|$$

per a l'aportació de la llei d'Stefan-Boltzmann. Calculant aquests lindars te-

<sup>1</sup>Considerarem aquestes dades com a patró o referència, per tant no cal que els hi apliquem una incertesa.

nint en compte que  $T = \theta(x, t) + T_a$  obtenim els resultats de la Taula 6.

Taula 6: Taula de potència llinar del sistema per a cada material i cada aportació de calor. S'ometen les incerteses per a no distreure la comparació.

| Material | $P_F$ [W] | $P_N$ [W] | $P_{SB}$ [W] |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| Al       | 43,73     | 4810,66   | 0,004        |
| Cu-Zn    | 17,74     | 1951,38   | 0,003        |
| Fe       | 1,70      | 187,08    | 0,002        |

Cal aclarir novament que aquestes dades es tracten de llinars, la potència absorbida o emesa pel sistema és diferent a cada punt i depèn d'altres factors, per exemple del ventilador que manté un flux d'aire al voltant de les barres. Tot i això, les dades ens són suficients per a notar que l'aportació de pèrdues per radiació, seguint la llei d'Stefan-Boltzmann i considerant una emissivitat ideal ( $e = 1$ ), és molt petita en comparació amb les altres dos. Sabent això concluïm que podem menysprear del nostre model de l'aportació de la radiació.

## 2.2 Estat permanent

A partir de les dades obtingudes experimentalment representem l'evolució temporal de la temperatura segons cada posició de la barra gran, Figura 3, i de la barra petita, Figura 4.

Notem com l'evolució temporal mesurada de la temperatura és coherent amb la solució de l'Equació (6). El segon terme de la solució correspon a una funció periòdica en el temps que decau amb la distància i presenta un desfasament, també depenent de la distància.

Tant a la Figura 3 com a la Figura 4 es veu que la temperatura és funció periòdica en el temps (és una ona tèrmica) i que, quant més lluny del punt de referència ens trobem, més petita és l'amplitud de d'aquesta ona. Tot i ser complicat a simple vista veure-ho, existeix un desfasament entre les oscil·lacions de la mateixa barra a diferents distàncies.

Per a observar millor aquest desfasament podem preparar les dades d'una forma més convenient.

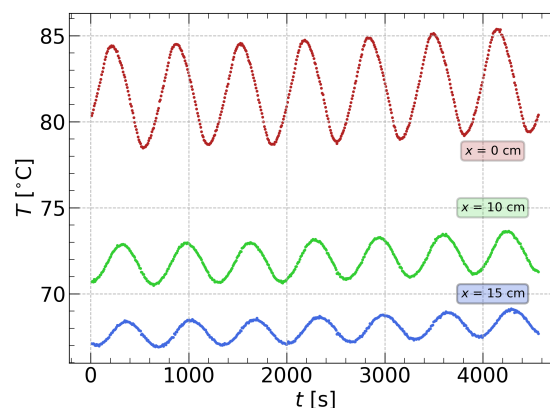


Figura 3: Gràfica de  $T$  en funció  $t$  de la barra gran. Temperatures mesurades a una distància de 0 cm (vermell), 10 cm (verd) i 15 cm (blau) del punt de referència.

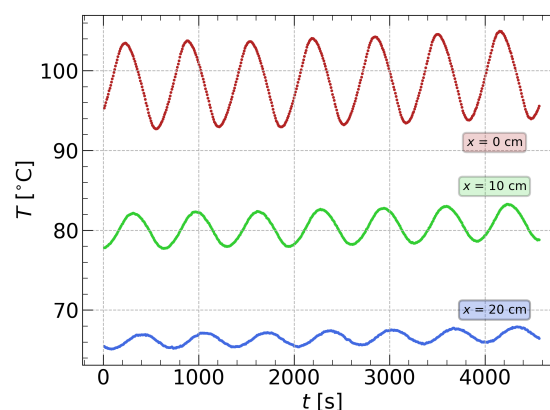


Figura 4: Gràfica de  $T$  en funció  $t$  de la barra petita. Temperatures mesurades a una distància de 0 cm (vermell), 10 cm (verd) i 20 cm (blau) del punt de referència.

Com a pas previ a observar el desfasament, calculem la temperatura mitjana a cada punt de cada barra. Com a simplificació, calculem aquesta mitjana temporal fent una mitjana aritmètica de les dades obtingudes al laboratori. Els valors d'aquestes mitjanes venen recollits a la Taula 7.

Observem com la temperatura mitjana decau amb la distància respecte a l'origen de referència. Clarament són pocs punts experimentals com per a traçar una corba de tendència. Tot i això, qualitativament els

valors obtinguts s'apropen al que prediu la teoria. En cas de repetir l'experiment amb més termoparells repartits al llarg de cadascuna de les barres observariem un comportament de la mitjana temporal de la temperatura com el de l'Equació (7). Si apliquem el mateix mètode que a l'estat estacionari per a obtenir el valor de  $p$  obtenim els valors que s'observen a la Taula 8. A partir d'aquestes dades realitzem una regressió i observem, Figura 5 com s'apropen molt a un comportament lineal.

Taula 7: Temperatura mitjana ( $\langle\theta\rangle$ ) a cada posició  $x_i$  per a la barra gran i la barra petita.

| $x_i (\pm 0,1)$ [cm] | $\langle\theta\rangle (\pm 0,001)$ [°C] |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Barra gran           |                                         |
| 0                    | 81,849                                  |
| 10                   | 72,012                                  |
| 15                   | 67,928                                  |
| Barra petita         |                                         |
| 0                    | 98,717                                  |
| 10                   | 80,420                                  |
| 20                   | 66,486                                  |

Taula 8: Valors ajustats per a una regressió lineal, amb model  $y = ax + b$ , on  $y$  és el logaritme de les temperatures mitjanes i  $x$  les posicions  $x_i$ .

| Barra  | $a (\cdot 10^{-3})$ [cm <sup>-1</sup> ] | $b (\cdot 10^{-2})$ |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|
| gran   | $-12,43 \pm 0,29$                       | $44,04 \pm 0,30$    |
| petita | $-19,75 \pm 0,42$                       | $45,90 \pm 0,55$    |

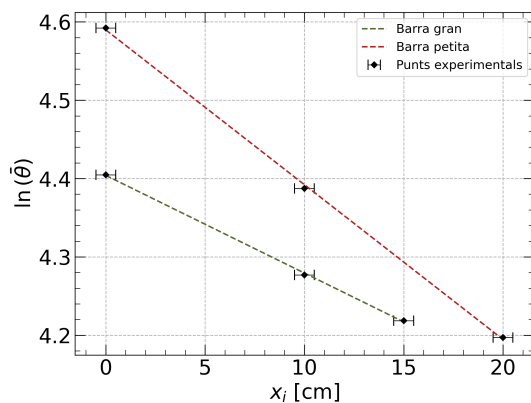


Figura 5: Regressió lineal del logaritme de temperatures respecte a la posició. Coeficients de regressió obtinguts:  $r^2 = 0,999$  tant per a la barra gran com per a la barra petita.

Un cop calculades les mitjanes per a cada punt, podem normalitzar les dades experimentals dividint per la seva temperatura mitjana corresponent. Aplicant aquest mètode i, per a obtenir més detall, escollint com a molt els dos primers períodes d'oscil·lació obtenim la Figura 6 per a la barra gran i la Figura 7 per a la barra petita.

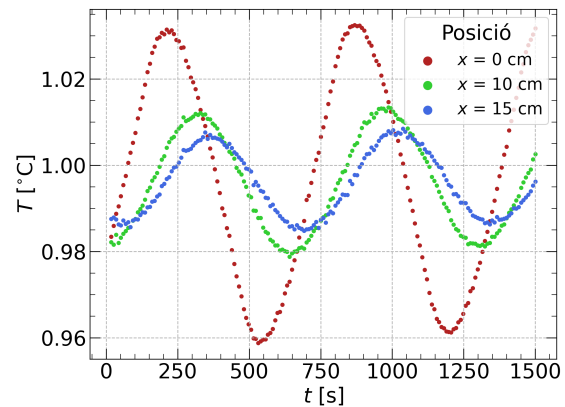


Figura 6: Gràfica de  $T$  en funció de  $t$  normalitzada de la barra gran. Temperatures mesurades a una distància de 0 cm (vermell), 10 cm (verd) i 15 cm (blau) del punt de referència.

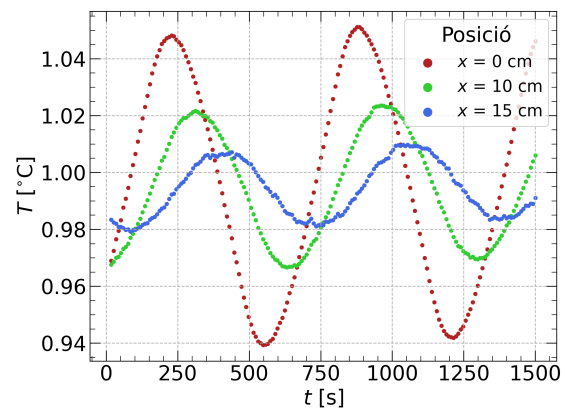


Figura 7: Gràfica de  $T$  en funció de  $t$  normalitzada de la barra petita. Temperatures mesurades a una distància de 0 cm (vermell), 10 cm (verd) i 20 cm (blau) del punt de referència.

Es pot observar com existeix desfaseament entre dos punts diferents a cada barra, la ona tèrmica avança a mesura que augmenta la distància. A més, també es pot veure un comportament similar al que prediu l'Equació (8).



Per a determinar l'amplitud de la ona a cada punt per a cada barra escollim un punt màxim i un mínim consecutius i calculem la meitat de la diferència. Amb aquestes dades realitzem una mitjana i obtenim les amplituds que s'observen a la Taula 9 i a la Taula 10.

Taula 9: Amplitud promig de la ona tèrmica segons la distància al punt de referència per a la barra gran.

| $x_i (\pm 0,1)$ [cm] | $\bar{a}_i (\pm 0,001)$ [°C] |
|----------------------|------------------------------|
| 0                    | 2,963                        |
| 10                   | 1,218                        |
| 15                   | 0,802                        |

Taula 10: Amplitud promig de la ona tèrmica segons la distància al punt de referència per a la barra petita.

| $x_i (\pm 0,1)$ [cm] | $\bar{a}_i (\pm 0,001)$ [°C] |
|----------------------|------------------------------|
| 0                    | 5,404                        |
| 10                   | 2,273                        |
| 20                   | 0,961                        |

Taula 11: Valors ajustats per a una regressió lineal, amb model  $y = ax + b$ , on  $y$  és el logaritme de les amplituds i  $x$  les posicions  $x_i$ .

| Barra  | $a (\cdot 10^{-2})$ [cm <sup>-1</sup> ] | $b (\cdot 10^{-1})$ |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|
| gran   | $-8,74 \pm 0,16$                        | $10,82 \pm 0,14$    |
| petita | $-8,634 \pm 0,014$                      | $16,862 \pm 0,018$  |

Es pot observar com segueixen un comportament exponencial, similar al que hem vist a la Taula 7. Apliquem novament el mateix mètode amb les amplituds que amb les temperatures mitjanes i obtenim les regressions de la Figura 8 i els valors dels pendents de la Taula 11.

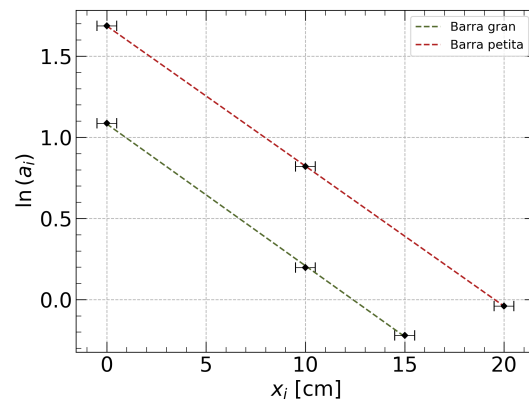


Figura 8: Regressió lineal del logaritme de les amplituds respecte a la posició. Coeficients de regressió obtinguts:  $r^2 = 0,999$  tant per a la barra gran com per a la barra petita.

Tenint en compte el comportament del desfasament i de les amplituds podem dir que les ones tèrmiques no són simètriques espacialment, decauen i pateixen un desfasament amb la distància.

Podem comprovar aquets resultats calculant el valor de  $m$  a partir de l'Equació 10. Aplicant logaritme podem calcular  $m$  per a qualsevol parell de posicions i qualsevol parell d'amplituds al mateix instant de temps. Escollim com a amplituds de referència les amplituds màximes trobades anteriorment. Calculem  $m$  per a cada parell de màxims i fem la mitjana de tots per a cada barra. Aquest pas el repetim per a cada parell de posicions possible (veure Annex). Fent la mitjana de cada valor trobat acabem obtenint

$$\bar{m}_{\text{gran}} = (88,30 \pm 0,14) \cdot 10^{-3} \text{ cm}^{-1}$$

per a la barra gran i

$$\bar{m}_{\text{petita}} = (86,343 \pm 0,037) \cdot 10^{-3} \text{ cm}^{-1}$$

per a la barra petita.

Comparant amb els pendents obtinguts a la Taula 11 observem com, dins de la incertesa, els valors coincideixen.

Calculem ara el període de les oscil·lacions. Per a fer-ho mesurem la distància entre els

màxims trobats anteriorment, tot per a cada posició i cada barra. Trobem que, com calia esperar, aquests períodes d'oscil·lació són molt similars entre ells (veure Annex). Per tant, assumint que aquest període és només un, donem el seu valor a partir de la mitjana de les dades trobades:

$$\bar{\tau} = (654,048 \pm 0,001) \text{ s}$$

Sabent aquesta dada podem calcular el temps d'escalfament o de refredament mig senzillament dividint el període a la meitat:

$$t_{\text{esc/ref}} = (325,024 \pm 0,001) \text{ s}$$

Fent servir els màxims per a cada  $x_i$  d'una mateixa barra podem calcular el desfament entre dos punts. Tenint en compte l'Equació (9) podem calcular el valor de  $h$  per a cada parell  $x_i$ . Fent la mitjana d'aquests valors (veure Annex) i aplicant-ho a cada barra trobem

$$\bar{h}_{\text{gran}} = (0,092 \pm 0,012) \text{ cm}^{-1}$$

per a la barra gran i

$$\bar{h}_{\text{petita}} = (0,088 \pm 0,006) \text{ cm}^{-1}$$

per a la barra petita.

Sabent tant els valors de  $h$  i de  $m$  per a cada barra podem calcular el valor de  $\lambda$  segons l'Equació 11. Fem servir el valor de la conductivitat tèrmica de l'alumini trobat a la literatura a la secció anterior i com a radis fem servir

$$r_{\text{gran}} = (2,6 \pm 0,1) \text{ cm}$$

$$r_{\text{petita}} = (1,5 \pm 0,1) \text{ cm}$$

per a la barra gran i la barra petita, respectivament. Aleshores, calculem els valors de  $\lambda$  i obtenim

$$\lambda_{\text{gran}} = (-0,21 \pm 0,72) \cdot 10^{-2} \text{ W/Kcm}^2$$

$$\lambda_{\text{petita}} = (-0,07 \pm 0,19) \cdot 10^{-2} \text{ W/Kcm}^2$$

Observem com el valor del coeficient de convecció pren un valor amb molta incertesa.

També es pot notar com aquest coeficient creix amb l'àrea de la barra. Tot i això, no podem dir que els resultats coincideixen amb la realitat. Comparant amb resultats calculats amb les dades de la secció anterior aquests coeficients poden entrar dins del esperat, però només a causa de tenir un error molt alt. Observem aquests coeficients a la Taula 12.

Taula 12: Coeficients de convecció per a una barra d'alumini gran i petita ( $r_g = 2.6 \text{ cm}$  i  $r_p = 1.5 \text{ cm}$ ) calculats amb les dades de la secció de l'estat estacionari.

| Barra  | $\lambda \cdot 10^{-2} \text{ [W/cmK]}$ |
|--------|-----------------------------------------|
| Gran   | $0,291 \pm 0,042$                       |
| Petita | $0,168 \pm 0,026$                       |

### 3 Conclusions

Al llarg de la pràctica s'ha posat de manifest com les diferents equacions de transport de calor defineixen el comportament del nostre sistema. Tenint en compte aquestes aportacions de cada equació, hem obtingut dues solucions per a diferents sistemes termodinàmics.

Per al primer sistema trobem una solució estacionària. Amb les mesures experimentals hem observat com el comportament de la temperatura a cada barra és coherent amb la solució del nostre model. Aquestes dades ens han permès trobar relacions entre els coeficients de conducció tèrmica dels materials amb que treballem. Comparant amb dades de la literatura, els nostres resultats són coherents per a la barra de ferro i per a la barra d'alumini. Tot i això, per a la barra de llautó els resultats difereixen, exposant que possiblement el model falla en algún punt, i aquest error pot provenir de diverses fonts. Dos possibles fonts (a part de l'error experimental) són considerar el coeficient de convecció constant per als tres metalls, una altra, considerar que el coeficient de conducció tèrmica no depèn de la temperatura. Els nostres resultats experi-



mentals també han permès observar la poca aportació de potència que prové de la radiació.

Per al segon sistema trobem una solució permanent. Les característiques d'aquest sistema fan que a cada barra es generi una ona tèrmica que es propaga longitudinalment. Hem observat que la solució del model és coherent amb les nostres dades experimentals, podent així calcular diferents paràmetres que defineixen la ona tèrmica, com el període de les oscil·lacions o el temps de refredament o escalfament. Hem observat que, encara que el comportament sigui oscil·latori, encara se segueix complint el decaïment exponencial de la temperatura envers la distància, de forma anàloga a com ho feia el sistema anterior. No només això, s'ha comprovat experimentalment també que existeix un desfasament de la ona que depèn de la distància. Aquest desfasament és coherent amb la solució del model.

## 4 Annex

### 4.1 Càlcul d'incerteses

Per a calcular la incertesa dels valors mesurats directament al laboratori s'ha fet servir la desviació estàndard de la mostra obtinguda de cada valor mesurat. Juntament amb la incertesa instrumental, calculem la incertesa de cada mesura com

$$u(x_i) = \sqrt{s_{\text{est}}^2(x_i) + s_{\text{ins}}^2}$$

on  $s_{\text{est}}$  és la desviació estàndard,  $s_{\text{ins}}$  és la incertesa instrumental i  $x_i$  és el valor mesurat.

Per a calcular la incertesa de magnituds derivades de les variables mesurades, s'ha fet servir la propagació d'incerteses, calculada com

$$u^2(y) = \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial y}{\partial x_i} u(x_i) \right)^2$$

on  $y$  és una funció tal que  $y = y(x_1, \dots, x_n)$ .

Per a calcular els errors de les regressions s'ha fet servir la funció `curve_fit` de la llibreria `scipy.optimize` de Python. Per a calcular els coeficients de correlació  $r^2$  s'ha aplicat el mètode de mínims quadrats també amb Python.

### 4.2 Dades experimentals

Les següents taules contenen diversos valors mesurats i calculats al llarg de la pràctica:

Taula 13: Temperatures mesurades per al sistema en l'estat estacionari per a l'alumini.

| $x$ [cm] | $T_{\text{Al}} (\pm 0,1) [^{\circ}\text{C}]$ |
|----------|----------------------------------------------|
| 110      | 29,3                                         |
| 100      | 30,0                                         |
| 90       | 30,3                                         |
| 80       | 31,6                                         |
| 70       | 33,7                                         |
| 60       | 40,6                                         |
| 50       | 46,0                                         |
| 40       | 53,1                                         |
| 30       | 63,7                                         |
| 20       | 77,6                                         |
| 10       | 95,5                                         |
| 0        | 119,0                                        |

Taula 14: Temperatures mesurades per al sistema en l'estat estacionari per al llautó.

| $x$ [cm] | $T_{\text{Cu-Zn}} (\pm 0,1) [^{\circ}\text{C}]$ |
|----------|-------------------------------------------------|
| 110      | 26,6                                            |
| 100      | 27,0                                            |
| 90       | 27,6                                            |
| 80       | 28,7                                            |
| 70       | 30,5                                            |
| 60       | 32,5                                            |
| 50       | 35,8                                            |
| 40       | 39,9                                            |
| 30       | 44,8                                            |
| 20       | 55,2                                            |
| 10       | 72,8                                            |
| 0        | 108,9                                           |

Taula 15: Temperatures mesurades per al sistema en l'estat estacionari per al ferro.

| $x$ [cm] | $T_{\text{Fe}} (\pm 0,1) [^{\circ}\text{C}]$ |
|----------|----------------------------------------------|
| 110      | 24,9                                         |
| 100      | 25,3                                         |
| 90       | 25,3                                         |
| 80       | 25,8                                         |
| 70       | 26,2                                         |
| 60       | 26,7                                         |
| 50       | 27,9                                         |
| 40       | 30,2                                         |
| 30       | 34,7                                         |
| 20       | 44,3                                         |
| 10       | 65,0                                         |
| 0        | 120,6                                        |

Taula 16: Mesura dels diàmetres de cada barra.

| Materials | $\varnothing(\pm 0,001)$ [cm] |       |       |
|-----------|-------------------------------|-------|-------|
| Al        | 3,035                         | 3,065 | 3,045 |
| Cu-Zn     | 3,02                          | 3,025 | 3,065 |
| Fe        | 3,145                         | 3,285 | 3,01  |

Taula 17: Mesures de la temperatura ambient del laboratori.

| $T_{\text{amb}} (\pm 0,1) [^{\circ}\text{C}]$ |
|-----------------------------------------------|
| 24,7                                          |
| 24,9                                          |
| 24,6                                          |

Taula 18: Períodes d'oscil·lació calculats per a cada posició i cada barra.

| $x_i$ [cm]   | $\tau (\pm 0,001)$ [s] |
|--------------|------------------------|
| Barra gran   |                        |
| 0            | 654,281                |
| 10           | 655,686                |
| 15           | 657,090                |
| Barra petita |                        |
| 0            | 654,280                |
| 10           | 652,879                |
| 20           | 650,069                |

Taula 19: Valors de  $m$  per a diferents increments  $\Delta x_i$  per a la barra gran

| $\Delta x_i$ [cm] | $m_{\text{gran}} (\cdot 10^{-3}) [\text{cm}^{-1}]$ |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 10 - 0            | $88,899 \pm 0,040$                                 |
| 15 - 10           | $88,90 \pm 0,14$                                   |
| 15 - 0            | $87,100 \pm 0,017$                                 |

Taula 20: Valors de  $m$  per a diferents increments  $\Delta x_i$  per a la barra petita

| $\Delta x_i$ [cm] | $m_{\text{petita}} (\cdot 10^{-3}) [\text{cm}^{-1}]$ |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| 10 - 0            | $86,591 \pm 0,037$                                   |
| 20 - 10           | $86,096 \pm 0,037$                                   |
| 20 - 0            | $86,3431 \pm 0,0093$                                 |

Taula 21: Valors de  $h$  per a diferents increments  $\Delta x_i$  per a la barra gran

| $\Delta x_i$ [cm] | $h_{\text{gran}} [\text{cm}^{-1}]$ |
|-------------------|------------------------------------|
| 10 - 0            | $0,109 \pm 0,007$                  |
| 15 - 10           | $0,072 \pm 0,013$                  |
| 15 - 0            | $0,096 \pm 0,004$                  |

Taula 22: Valors de  $h$  per a diferents increments  $\Delta x_i$  per a la barra petita

| $\Delta x_i$ [cm] | $h_{\text{petita}} [\text{cm}^{-1}]$ |
|-------------------|--------------------------------------|
| 10 - 0            | $0,082 \pm 0,005$                    |
| 20 - 10           | $0,095 \pm 0,006$                    |
| 20 - 0            | $0,088 \pm 0,003$                    |

## Referències

- [1] M. Ausloos. Thermal conductivity. In K.H. Jürgen Buschow, Robert W. Cahn, Merton C. Flemings, Bernhard Ilshner, Edward J. Kramer, Subhash Mahajan, and Patrick Veyssièrè, editors, *Encyclopedia of Materials: Science and Technology*, pages 9151–9155. Elsevier, Oxford, 2001.

- [2] Departament de física. Manuals de la UAB. Guió pràctica: Transport de la calor. laboratoris de termodinàmica. *Campus Virtual*, 2024.
- [3] David R. Lide. *CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition*. CRC Press, Boca Raton, Florida, 2003. Properties of Solids; Thermal and Physical Properties of Pure Metals; Thermal Conductivity of Crystalline Dielectrics; Thermal Conductivity of Metals and Semiconductors as a Function of Temperature.
- [4] Hugh D. Young, Roger A. Freedman, and A. Lewis Ford. *Sears and Zemansky's University Physics: With Modern Physics*. Pearson, 13th edition, 2012. Table 17.5, Section 17.7, Page 571.