
W1 Wariant bazowy

krzywa w środku pola · asfalt 50/70: 4,6 %

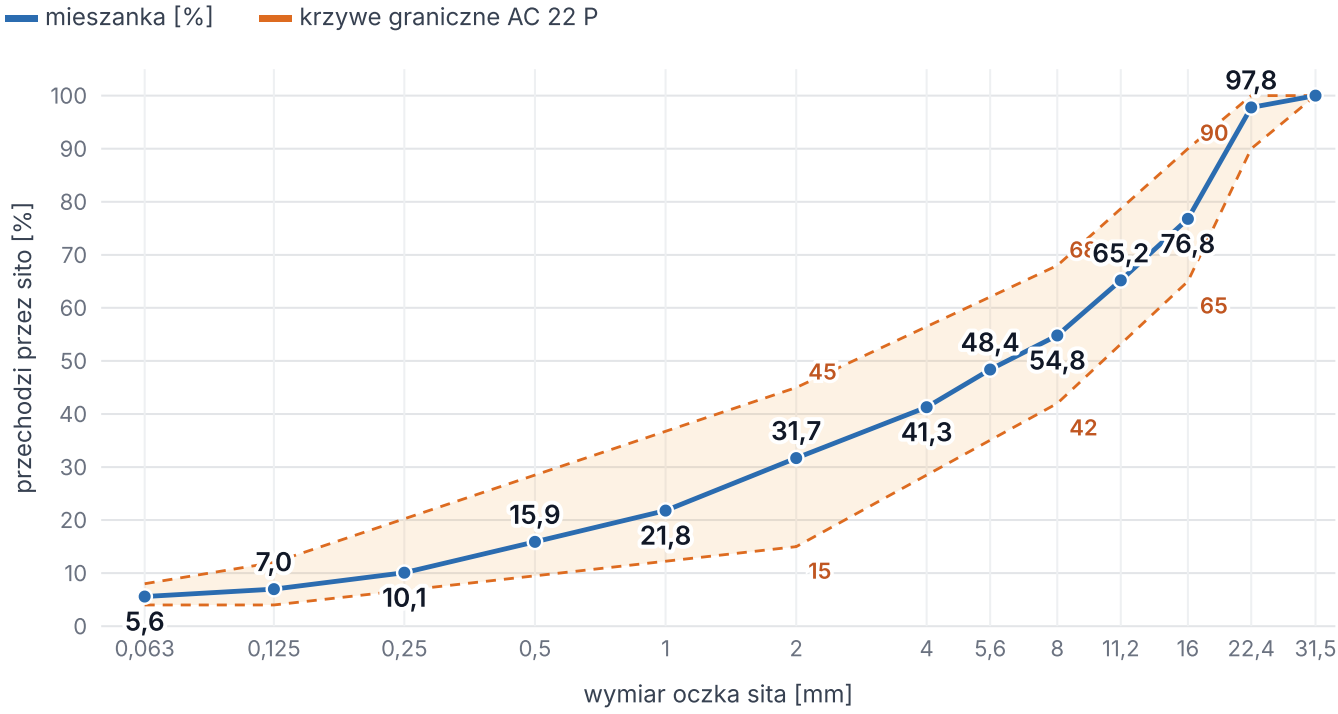


Naważka – zarób 5000 g

Kolejno	Udział	Dosypać [g]	Waga pokazuje [g]
16/22	28 %	1335,6	**1335,6**
11/16	6 %	286,2	**1621,8**
5/11	17 %	810,9	**2432,7**
2/5	17 %	810,9	**3243,6**
Piasek 0/2	26 %	1240,2	**4483,8**
Mączka wapienna	6 %	286,2	**4770,0**
Asfalt 50/70	**4,6 %**	**230,0**	**przy mieszaniu**

Tara na pustej misce, potem dosypuj kolejne składniki, aż waga pokaże wartość z ostatniej kolumny. Asfalt odważ dopiero przy mieszaniu. Dokładność ±0,5 g na składnik.

W2 Wariant drobniejszy

krzywa bliżej górnej granicy · asfalt 50/70: 4,8 %

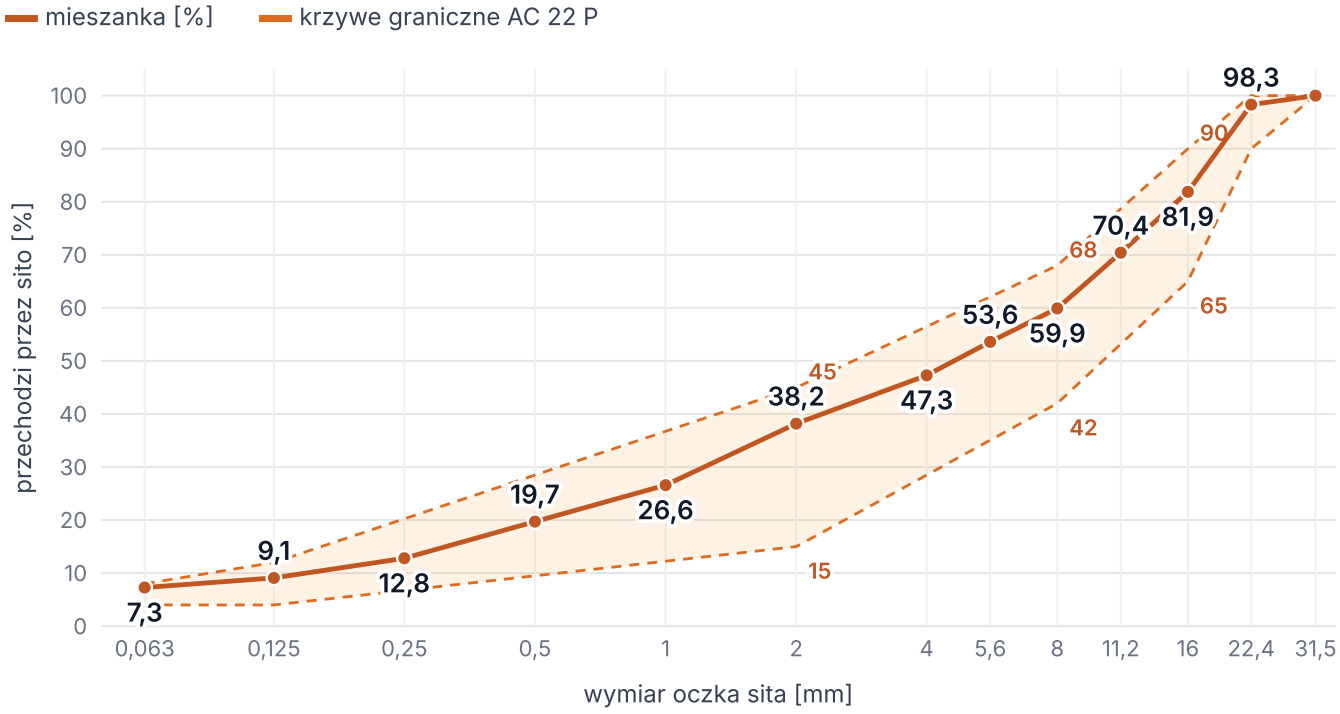


Naważka – zarób 5000 g

Kolejno	Udział	Dosypać [g]	Waga pokazuje [g]
16/22	21 %	999,6	**999,6**
11/16	8 %	380,8	**1380,4**
5/11	17 %	809,2	**2189,6**
2/5	15 %	714,0	**2903,6**
Piasek 0/2	31 %	1475,6	**4379,2**
Mączka wapienna	8 %	380,8	**4760,0**
Asfalt 50/70	**4,8 %**	**240,0**	**przy mieszaniu**

Tara na pustej misce, potem dosypuj kolejne składniki, aż waga pokaże wartość z ostatniej kolumny. Asfalt odważ dopiero przy mieszaniu. Dokładność ±0,5 g na składnik.

W3 Wariant grubszy

krzywa bliżej dolnej granicy · asfalt 50/70: 4,6 %

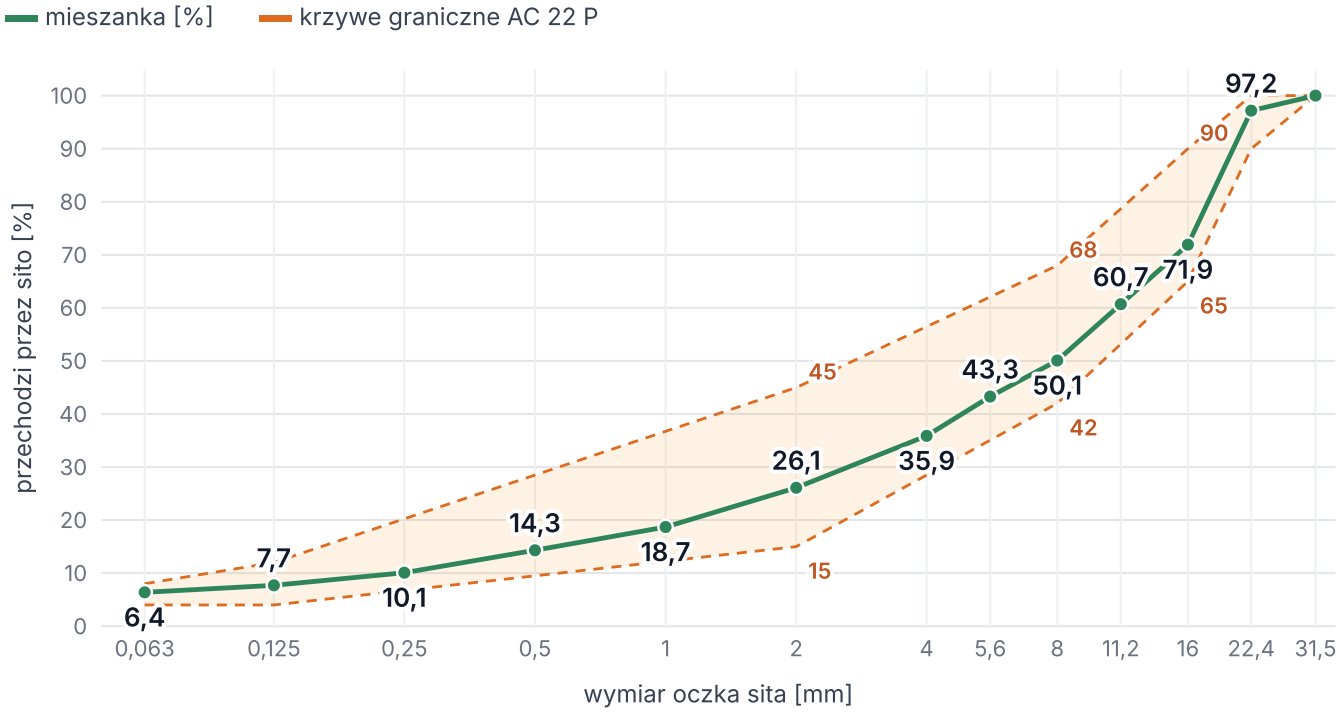

Naważka – zarób 5000 g

Kolejno	Udział	Dosypać [g]	Waga pokazuje [g]
16/22	35 %	1669,5	**1669,5**
11/16	3 %	143,1	**1812,6**
5/11	18 %	858,6	**2671,2**
2/5	18 %	858,6	**3529,8**
Piasek 0/2	19 %	906,3	**4436,1**
Mączka wapienna	7 %	333,9	**4770,0**
Asfalt 50/70	**4,6 %**	**230,0**	**przy mieszaniu**

Tara na pustej misce, potem dosypuj kolejne składniki, aż waga pokaże wartość z ostatniej kolumny. Asfalt odważ dopiero przy mieszaniu. Dokładność ±0,5 g na składnik.