

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE QUÍMICA

THOMAS ANTONIO CARDOZO MARTINS

TUNGSTATOS DE METAIS DE TRANSIÇÃO APLICADOS COMO
FOTOCATALISADORES E BIOCIDAS: AVALIAÇÃO TEÓRICA DAS
ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO

CAMPINAS

2025

THOMAS ANTONIO CARDOZO MARTINS

TUNGSTATOS DE METAIS DE TRANSIÇÃO APLICADOS COMO
FOTOCATALISADORES E BIOCIDAS: AVALIAÇÃO TEÓRICA DAS
ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO

Exame de qualificação geral de doutorado
apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Química, Instituto de Química, Universi-
dade Estadual de Campinas, como requisito
parcial à obtenção do título de Doutor em
Química.

Orientador: Miguel Angel San-Miguel Bar-
rera

CAMPINAS

2025

Resumo

Espécies reativas de oxigênio (ROS), como superóxidos ($\bullet\text{O}_2^-$) e radicais hidroxila ($\bullet\text{OH}$), desempenham papel central na eliminação de patógenos e células cancerígenas no meio biológico, despertando crescente interesse na sua geração controlada para aplicações em saúde. Semicondutores destacam-se como materiais promissores para esse fim, pois permitem a formação fotocatalítica de ROS a partir de moléculas de H_2O e O_2 adsorvidas em suas superfícies. Assim, o desenvolvimento de novos semicondutores, com propriedades estruturais e eletrônicas otimizadas, é essencial para aprimorar sua eficiência fotocatalítica. Entre esses materiais, os tungstatos metálicos (M_xWO_4) apresentam desempenho promissor e relevância estratégica no Brasil, que possui reservas minerais significativas no estado do Rio Grande do Norte. Contudo, abordagens exclusivamente experimentais podem ser limitadas para o estudo aprofundado de suas propriedades eletrônicas. Nesse contexto, métodos teóricos baseados em química computacional oferecem uma abordagem eficaz para investigar, em nível atômico, suas características estruturais, eletrônicas e morfológicas dos materiais. Este projeto propõe o uso da Teoria do Funcional da Densidade (DFT) e de Dinâmica Molecular Quântica para estudar tungstatos metálicos (ZnWO_4 , NiWO_4 e CoWO_4), avaliando o efeito do cátion modificador da rede sobre suas propriedades e sua capacidade de adsorver H_2O e O_2 , visando compreender os mecanismos de geração de ROS e sua potencial atividade bactericida.

Palavras-chave: Tungstatos; ROS; Química computacional; Fotocatálise.

ABSTRACT

Reactive oxygen species (ROS), such as superoxide ($\bullet\text{O}_2^-$) and hydroxyl radicals ($\bullet\text{OH}$), play a central role in eliminating pathogens and cancer cells in biological systems, generating increasing interest in their controlled production for healthcare applications. Semiconductors stand out as promising materials for this purpose, as they enable the photocatalytic formation of ROS from H_2O and O_2 molecules adsorbed on their surfaces. Therefore, the development of novel semiconductors with optimized structural and electronic properties is essential to enhance their photocatalytic efficiency. Among these materials, metal tungstates (M_xWO_4) exhibit promising performance and strategic relevance in Brazil, which holds significant mineral reserves in the state of Rio Grande do Norte. However, purely experimental approaches may be limited in providing an in-depth understanding of their electronic properties. In this context, theoretical methods based on computational chemistry provide an effective approach to investigate, at the atomic level, their structural, electronic, and morphological properties of materials.tungstates (ZnWO_4 , NiWO_4 , and CoWO_4), evaluating the effect of the network-modifying cation on their properties and their ability to adsorb H_2O and O_2 , with the goal of elucidating the mechanisms of ROS generation and their potential bactericidal activity.

Keywords: Tungstates; ROS; Computational chemistry; Photocatalysis.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	5
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	12
2.1	TEORIA DO FUNCIONAL DA DENSIDADE	12
2.1.1	Equação de Kohn-Sham	12
2.2	TERMODINÂMICA ATOMÍSTICA DE PRIMEIROS PRINCÍPIOS . . .	12
2.2.1	Energia livre de Gibbs de superfície	12
2.3	DINÂMICA MOLECULAR QUÂNTICA	15
2.4	MÉTODO <i>NUDGED ELASTIC BAND</i>	15
3	OBJETIVOS	16
3.1	OBJETIVO GERAL	16
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
4	METODOLOGIA	17
4.1	PROCEDIMENTO COMPUTACIONAL	17
4.2	SIMULAÇÕES DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAS E MORFOLÓGI- CAS	17
4.2.1	Otimização das estruturas internas (<i>bulk</i>)	17
4.2.2	Construção das superfícies e estudo de estabilidade	17
4.2.3	Cálculo de energia de relaxação e clivagem das superfícies	18
4.2.4	Dinâmica Molecular <i>Ab Initio</i>	19
4.3	SIMULAÇÕES DA REATIVIDADE PARA GERAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO	19
4.3.1	Determinação de sítios de adsorção	19
4.3.2	Determinação dos sítios de adsorção de O ₂ e H ₂ O	19
4.3.3	Determinação dos estados de transição	20
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	21
5.1	SIMULAÇÕES DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MORFOLÓGI- CAS DO ZnWO ₄	21
5.1.1	Otimização da estrutura interna	21
5.1.2	Construção das superfícies e estudo de estabilidade	24
5.1.2.1	Estudo de estabilidade superfície (001)	25
5.1.2.2	Estudo de estabilidade superfície (010)	26
5.1.2.3	Estudo de estabilidade superfície (011)	27
5.1.2.4	Estudo de estabilidade superfície (100)	28

5.1.2.5	Estudo de estabilidade superfície (101)	30
5.1.2.6	Estudo de estabilidade superfície (110)	31
5.1.2.7	Estudo de estabilidade superfície (111)	32
6	CONCLUSÃO	34
	REFERÊNCIAS	35

1. INTRODUÇÃO

Espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês reactive oxygen species) são um grupo de moléculas oxigenadas derivadas de oxigênio molecular e da água que englobam espécies radicalares como ânion superóxido ($\bullet\text{O}_2^-$), radical hidroxila ($\bullet\text{OH}$) e hidroperoxila ($\bullet\text{O}_2\text{H}$). Além disso, algumas espécies não radicalares que são facilmente convertidas em radicais como peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e oxigênio singleto ($^1\text{O}_2$) também fazem parte desse grupo [1, 2]. A formação dessas espécies radicalares e não radicalares ocorre em ambientes oxidantes dentro das células durante processos aeróbicos de metabolismo, seja em condições normais ou de estresse [3]. Essas espécies se originam do oxigênio molecular e da água, como pode ser observado na Figura 1 que esquematiza a formação das principais espécies.

Figura 1: Esquema da formação das principais espécies reativas de oxigênio (ROS) a partir do oxigênio molecular e da água.



Fonte: Adaptado de Mittler *et al.* (2022) [4].

A molécula de O_2 por apresentar uma configuração de tripleto, que é decorrente de seu par de elétrons não pareados, é impedida de oxidar a maior parte das moléculas orgânicas estáveis, que tendem a ter configuração singleto. Isso ocorre devido a restrições de spin e faz com que O_2 tenda a capturar um elétron por vez e formar a espécie $\bullet\text{O}_2^-$. No meio biológico essa espécie tende a ser formada principalmente como subproduto no processo de transferência reversa de elétrons, presente na cadeia respiratória realizada pelas mitocôndrias. A enzima superóxido dismutase atua na regulação dos níveis de $\bullet\text{O}_2^-$, convertendo esse radical em H_2O_2 [1, 2, 5]. O radical $\bullet\text{OH}$ pode ser formado por duas rotas,

sendo elas a via Habber-Weiss [6, 7], que envolve a reação do $\bullet\text{O}_2^-$ com H_2O_2 catalisada pelos íons Fe^{2+} ou Cu^+ e a reação de Fenton a partir do H_2O_2 também catalisada pelos íons Fe^{2+} ou Cu^+ [5, 7, 8]. A elevada reatividade dessas espécies chama atenção na área de química verde no desenvolvimento de processos de degradação de poluentes [9] e na área da saúde pelo seu potencial biocida [10].

Em meios biológicos, o aumento da concentração de ROS pode gerar danos em componentes celulares, dada a capacidade dessas espécies de reagirem com biomoléculas como lipídios, proteínas e até ácidos nucleicos, o que resulta no estresse oxidativo da célula e pode ter como consequência a morte da célula [11]. Outros efeitos do elevado nível de ROS nas células podem implicar diversos distúrbios neurodegenerativos, envelhecimento, diabetes e doenças cardiovasculares [12]. Além disso, as ROS, por poderem reagir de forma irreversível com o DNA, podem levar à degradação do material genético ou à modificação da sequência de suas bases nitrogenadas, o que pode causar uma mutação na célula e dar origem a células cancerígenas [13].

Contudo, as células de defesa podem se beneficiar com a produção controlada das ROS e de sua capacidade de danificar células para eliminar patógenos (agentes infecciosos causadores de doenças), como bactérias. Além disso, podem ser utilizadas para destruir células cancerígenas que, por mais que possam ser geradas pelas ROS, também são mais sensíveis ao estresse oxidativo do que os demais tipos de células [14].

O sistema imunológico é dividido em duas linhas de defesa: a resposta imunológica inata, que corresponde à primeira linha de defesa do organismo, que já existe no organismo e, devido a isso, é menos seletiva. A segunda, a resposta imunológica adquirida, surge da interação da resposta imunológica inata com um corpo estranho ao organismo e sinaliza a necessidade de sua produção. Como essa segunda linha de defesa não existe previamente à infecção, sua resposta é mais lenta; em contrapartida, sua seletividade é maior e garante um efeito de memória e proteção contra possíveis futuras reinfecções [15, 16]. No caso da resposta imunológica inata, um dos mecanismos de defesa envolve a produção de ROS como mecanismo de defesa. Células de defesa, como macrófagos, ao identificar a presença de patógenos ou células cancerígenas por meio de seus receptores na superfície da membrana celular, envolvem esses antígenos (espécies estranhas ao organismo) em um sítio fagocítico para aprisioná-los. Após isso, há um aumento na produção de ROS com auxílio de enzimas que levam ao estresse oxidativo do antígeno e, como consequência, à sua degradação [17, 18].

Tendo em vista a potencialidade que o aumento dos níveis de ROS no organismo tem para a eliminação de patógenos e células cancerígenas, diversos estudos visam auxiliar no desenvolvimento de tratamentos para doenças causadas por essas células, de forma a induzir o aumento controlado nos níveis de ROS no organismo. Esses estudos podem envolver a produção de ROS por meio da incidência de luz [19], uso de ultrassom [20] e também rotas eletroquímicas [21].

A produção de ROS por meio de fotocatalise é uma opção que chama atenção por permitir um processo ambientalmente amigável, por poder utilizar radiação para ativação do processo, além disso, permite um maior controle no processo, visto que a reação cessa no instante em que o sistema é privado da fonte de radiação [22]. Dentre os possíveis materiais a serem utilizados na fotocatalise, os semicondutores despertam bastante interesse por interagirem com a radiação para superar a barreira energética para o processo de condução e transferência de carga para as reações fotocatalíticas. Além disso, o ajuste da separação entre a banda de condução (CB, do inglês *conduction band*) e a banda de valência (VB, do inglês *valence band*), também chamado de *band gap*, permite o aprimoramento do processo catalítico [23]. Sendo assim, o desenvolvimento de novos materiais semicondutores para atuarem como fotocatalisadores se mostra muito relevante para aplicação médica.

Semicondutores são materiais amplamente empregados na área de elétrica e eletrônica, na produção de circuitos [24], sensores térmicos [25] e eletroquímicos [26]. Na área de óptica, são muito utilizados na produção de *lasers* [27] e processos fotocatalíticos para degradação de poluentes [28], produção de energia por meio da geração de hidrogênio [29] e ação biocida por meio da produção de ROS [30].

O tamanho do *band gap* desses materiais permite separá-los em duas classes com propriedades distintas. Semicondutores que apresentam um *band gap* inferior a 2,1 eV são classificados como semicondutores de banda fina [31] e se caracterizam por apresentar boa condutividade elétrica em temperatura ambiente; contudo, são muito influenciados por variações na temperatura e podem normalmente ter um aumento de sua condutividade ao elevar a temperatura, devido ao pequeno *band gap*, que facilita a promoção de mais elétrons da VB para a CB com o aumento da energia cinética do sistema. Contudo, pode haver uma redução na mobilidade devido ao aumento de fenômenos de espalhamento, relacionados a fônons, à rugosidade da superfície, à carga da estrutura interna e à carga na interface, o que resulta na limitação da corrente elétrica [32].

Quando o *band gap* é superior a 2,2 eV, o material é classificado como semicondutor de banda larga. Tais semicondutores se caracterizam por suportar e funcionar de forma eficiente em condições de elevadas tensões elétricas e temperaturas, visto que necessitam de mais energia para suas transições eletrônicas [33, 34]. Esses semicondutores apresentam ligações covalentes fortes, o que lhes confere elevada estabilidade e permite que sejam utilizados em matrizes biológicas [34]. Óxidos semicondutores de banda larga pertencem a uma importante classe de materiais funcionais, principalmente para aplicações em que ROS são formadas, como nos processos oxidativos, que incluem a fotocatalise heterogênea e processos antimicrobianos.

No caso da geração fotocatalítica de ROS, o semicondutor é ativado pela absorção de radiação luminosa, com energia suficiente para excitar os elétrons (e^-) da VB para a CB, deixando buracos (h^+ , do inglês *hole*) na VB, o chamado na literatura par elétron/buraco (e^-/h^+). Esse par migra para a superfície do semicondutor para realizar

processos de recombinação e dissipar sua energia na forma de calor, sendo confinado em metaestados estáveis presentes na superfície ou reagindo com aceptores ou doadores de elétrons adsorvidos na superfície do semicondutor. Este último caso é o responsável pela produção de ROS. Os buracos oxidam a água adsorvida e geram radicais $\bullet\text{OH}$. Já os elétrons reduzem o oxigênio adsorvido e formam $\bullet\text{O}_2^-$. Essas duas espécies atuam então no processo de oxidação das espécies alvo, que podem ser tanto um poluente quanto um patógeno [35, 36, 37, 38].

Para que a reação redox responsável pela formação de ROS ocorra, é necessário que os níveis de energia sejam adequados, ou seja, que o potencial da reação de redução para reduzir a água a radicais $\bullet\text{OH}$ seja inferior ao da CB, para que os elétrons excitados presentes nessa banda sejam transferidos para a água, reduzindo-a. Já a reação de oxidação deve apresentar energia superior à energia da VB para que os buracos sejam recebidos pelo $\bullet\text{O}_2^-$, e, dessa maneira, ocorra a oxidação [23]. A Figura 2 ilustra de forma esquematizada o processo de formação de ROS por meio de irradiação em um semicondutor genérico.

Figura 2: Processo fotocatalítico de geração de ROS com uso de semicondutor para degradação de bactérias.



A eficiência fotocatalítica está intimamente relacionada tanto com as condições da reação quanto com o pH, concentração e intensidade da fonte de radiação, quanto com as características do semicondutor, como área superficial, cristalinidade e defeitos, por exemplo [39]. O método de síntese e as condições experimentais têm papel fundamental no controle do tamanho, morfologia, carga superficial e defeitos na estrutura e na superfície [36]. O tamanho do *band gap* está intimamente ligado à capacidade de absorção de radiação do semicondutor e à distância energética entre o par e^-/h^+ e as reações redox desejadas. Seu ajuste pode ser realizado por meio da adição de elementos aniônicos como dopantes,

junções homogêneas e heterogêneas, além de sistemas de junção para reações em esquema Z. Além disso, alterações morfológicas podem influenciar a eficiência catalítica devido à sua relação com a área ativa e a exposição de sítios ativos. Defeitos superficiais, sejam impurezas ou deformações naturais da estrutura, também favorecem, pois normalmente são sítios para elétrons ou buracos livres disponíveis para reagir [23].

Apesar de óxidos simples não dopados, como TiO_2 , ZnO , SnO_2 e WO_3 [35, 36], ainda constituírem a principal classe de materiais empregados na geração de ROS, compostos multieletrônicos, em particular os tungstatos de metais de transição com fórmula geral M_xWO_4 ($\text{M} = \text{Zn}, \text{Ni}, \text{Co}, \text{Fe}$), têm despertado crescente atenção para essa finalidade [37, 38, 40]. Esses tungstatos integram uma família de óxidos com amplo potencial tecnológico, destacando-se em aplicações que envolvem processos ópticos e eletroquímicos, tais como fotoluminescência, fotocatalise e reações eletroquímicas [41, 42]. No contexto nacional, os materiais à base de tungstênio apresentam relevância estratégica, uma vez que o Brasil possui reservas expressivas do mineral scheelita (CaWO_4), fonte primária para a extração de tungstênio. Minas ativas localizadas no estado do Rio Grande do Norte registraram, segundo dados da Agência Nacional de Mineração (2013), uma produção bruta de 68.617 toneladas de minério de tungstênio, com teor médio de 0,76 % de WO_3 [43]. Tal disponibilidade confere um caráter regional às pesquisas com tungstatos, reforçando a importância do investimento em sua aplicação tecnológica. Nesse cenário, torna-se essencial que a comunidade científica brasileira direcione esforços para a investigação e o aproveitamento desses materiais, promovendo a correlação entre suas propriedades estruturais, eletrônicas e fotocatalíticas.

Como já abordado, impurezas e defeitos presentes na estrutura e superfícies de semicondutores são objetos de grande interesse na área de materiais, uma vez que esses defeitos e impurezas estão intimamente relacionados às propriedades, performance e, conseqüentemente, à aplicação do semicondutor. Contudo, existe uma grande dificuldade em estudar esses defeitos nos semicondutores do ponto de vista experimental, principalmente quando se tenta avaliar esses materiais a nível atômico e eletrônico. Métodos computacionais permitem contornar essas dificuldades e também complementar os estudos experimentais, o que possibilita uma melhor compreensão desses materiais e o ajuste das suas propriedades para melhorar sua performance [44].

As aplicações de métodos químicos computacionais quânticos são vastas, abrangendo desde o estudo de propriedades eletrônicas de átomos até de macromoléculas complexas. Esses métodos permitem analisar tanto a estrutura geométrica quanto a eletrônica [45, 46, 47]. Na química do estado sólido, tais abordagens têm sido amplamente utilizadas para compreender as propriedades de materiais e impulsionar o desenvolvimento de novos compostos, por meio da investigação de estruturas de bulk, superfícies, estabilidade termodinâmica e reatividade [48]. Na área de bioquímica, os métodos quânticos computacionais têm auxiliado no entendimento de processos bioquímicos, incluindo si-

mulação de reações, montagem genômica, enovelamento proteico e desenvolvimento de fármacos [49].

Dentre as ferramentas utilizadas na química computacional, a Teoria do Funcional da Densidade (DFT, do inglês *Density Functional Theory*) destaca-se pelo papel fundamental no estudo de materiais sólidos, em especial semicondutores. Essa abordagem permite análises estruturais, morfológicas e eletrônicas [50, 51, 52, 53].

Além de investigar diferentes terminações superficiais e, com isso, avaliar seus efeitos na estabilidade, formação de defeitos, nos sítios de adsorção, mudança nas estruturas de bandas, no processo de absorção e emissão de luz, aumento ou redução de barreiras de potencial ao longo de caminhos reacionais [54, 55, 56, 57]. Essas informações se mostram fundamentais na compreensão desses materiais e contribuem diretamente para o desenvolvimento de novos materiais voltados a processos eletrocatalíticos [58, 59] e fotocatalíticos [60, 61, 62]. Existem inúmeros trabalhos que envolvem o uso da DFT para estudo de semicondutores, avaliando materiais com diferentes morfologias, a fim de avaliar sua capacidade de geração de ROS [63, 64, 65] e, em especial, sua influência na atividade antimicrobiana [66, 67, 68, 69, 70].

Tendo em vista a relevância do desenvolvimento de novos materiais semicondutores aplicáveis como fotocatalisadores para a geração de ROS voltados à atividade antimicrobiana, em especial tungstatos metálicos (M_xWO_4), ganham importância estratégica no contexto brasileiro devido à presença de reservas naturais de scheelita ($CaWO_4$) no estado do Rio Grande do Norte. Em paralelo, a química quântica computacional tem se mostrado uma ferramenta essencial para a compreensão aprofundada dos processos químicos envolvidos, possibilitando a otimização racional desses materiais. Nesse cenário, este projeto tem como objetivo investigar e correlacionar a estrutura e a morfologia de nanopartículas com suas propriedades eletrônicas, por meio de modelagem computacional baseada em primeiros princípios. Essa abordagem visa contribuir para o desenvolvimento de fotocatalisadores mais eficientes, com ênfase na engenharia de superfícies. Adicionalmente, a análise da reatividade de moléculas de H_2O e O_2 adsorvidas nessas superfícies permitirá elucidar os mecanismos de geração de ROS, possibilitando a previsão do desempenho biocida e fotocatalítico dos materiais em estudo. No grupo de pesquisa UNICAMP Materials Simulation Lab (UMSL), sob a liderança do professor Miguel A. San-Miguel Barrera, já vêm sendo conduzidos estudos com semicondutores à base de prata, como Ag_3PO_4 , Ag_2MoO_4 e Ag_2WO_4 [53, 69, 71]. Recentemente, foi proposto um mecanismo no qual a presença simultânea de moléculas de H_2O e O_2 adsorvidas favorece a geração de ROS [67]. Com base nesse avanço, o presente projeto de doutorado, que está inserido no projeto universal aprovado recentemente (Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 44/2024) e conta com a participação de pesquisadores nacionais e internacionais altamente qualificados, propõe expandir tais investigações para semicondutores baseados em metais distintos da prata, com foco nos tungstatos metálicos. A proposta visa aprofundar a compreensão

dos fundamentos físico-químicos que regem a atividade biocida desses materiais ternários, avaliando, em especial, o impacto da substituição do cátion modificador da rede (Zn, Ni e Co) sobre suas propriedades estruturais e reativas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TEORIA DO FUNCIONAL DA DENSIDADE

2.1.1 Equação de Kohn-Sham

2.2 TERMODINÂMICA ATOMÍSTICA DE PRIMEIROS PRINCÍPIOS

Descreva os trabalhos relacionados, teorias e modelos relevantes [72].

2.2.1 Energia livre de Gibbs de superfície

A energia livre de Gibbs de superfície (γ) é uma propriedade termodinâmica que descreve a estabilidade de superfícies em função de variáveis como temperatura (T), pressão (P) e composição química (N_i). Essa propriedade é crucial para entender fenômenos como adsorção, reações de superfície e crescimento de cristais [ref]. Uma superfície pode ser definida como uma região bidimensional de uma fase sólida que sofre ação tanto da fase externa (gás ou líquido) quanto da fase interna (sólido) [ref]. A Figura 3 mostra de forma esquemática a separação entre a superfície e as fases interna e externa.

Figura 3: Esquema da separação entre a superfície e as fases interna e externa.



Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir dessa modelagem é possível expressar a energia livre de Gibbs do sistema em termos da contribuição da fase externa (nesse caso um gás, G_g), fase interna, ou seja, a parte sólida (G_s) e a superfície (G_{surf}), e com isso é possível isolar a contribuição da superfície conforme descrito pela Equação 1:

$$G_{\text{surf}}(T, P) = G(T, P) - G_s(T, P) - G_g(T, P) \quad (1)$$

Adaptando a equação para um tungstato metálico (M_xWO_4) e considerando que superfície apresenta uma área constante (A), a energia livre de superfície por unidade de área (γ) dependente da temperatura (T) e pressão (P) e também que as energias livres do sistema, fase sólida (G_M e G_W) e gás (G_O) além de dependentes de T e P também dependem das quantidades de espécies químicas (N_x) presentes em cada fase, sendo assim é possível rescrever a energia livre de acordo com a Equação 2:

$$\gamma(T, P) = \frac{1}{A} [G(T, P, N_M, N_W, N_O) - G_M(T, P, N_M) - G_W(T, P, N_W) - G_O(T, P, N_O)] \quad (2)$$

Ao modelar a superfície como duas placas (*slabs*) de terminações equivalentes, pode-se definir γ para apenas uma terminação simétrica. Além disso considerando um sistema suficientemente grande ($\approx$ infinito), tem-se então que o *slab*, compõe uma parte finita desse sistema, conforme se distancia da superfície, seus efeitos passam a ser insignificantes para a fase interna e externa. Essa parcela finita presente na energia livre do sistema acaba sendo cancelada devido essa parcela estar presente de maneira equivalente na fase interna e externa, sendo assim, é possível descrever γ apenas em termos da parcela finita do sistema afetada pela superfície, ou seja, da energia livre de Gibbs do *slab* (G_{slab}) e também a parcela finita da energia livre da fase interna e externa, nesse caso, descritas em termos de seus respectivos potenciais químicos (μ) e composição química. Isso permite escrever a Equação 3:

$$\gamma(T, P) = \frac{1}{2A} [G_{slab}(T, P, N_M, N_W, N_O) - N_M\mu_M(T, P) - N_W\mu_W(T, P) - N_O\mu_O(T, P)] \quad (3)$$

Se o *slab* for suficientemente grande para que a fase sólida possa ser descrita como um reservatório termodinâmico e com isso os potenciais químicos passam a depender um do outro e estão relacionados com o *bulk* e seu potencial químico se aproxima da energia livre, o que permite escrever a Equação 4:

$$\mu_{M_xWO_4}^{bulk}(T, P) = x\mu_M(T, P) + \mu_W(T, P) + 4\mu_O(T, P) \approx g_{M_xWO_4}^{bulk}(T, P) \quad (4)$$

Para simplificar a Equação 3 pode-se reescrever a Equação 4 para isolar o potencial químico do tungstênio, uma vez que, para o fins desse trabalho pretende-se estudar o efeito do cátion metálico modificador da rede e com isso gerar a Equação 5:

$$\mu_W = g_{M_xWO_4}^{bulk}(T, P) - x\mu_M(T, P) - 4\mu_O(T, P) \quad (5)$$

Ao substituir a Equação 5 na Equação 3 é possível reescrever a energia livre de

Gibbs da superfície em função do potencial químico do cátion metálico modificador da rede, o que é desejado para esse trabalho, conforme descrito na Equação 6:

$$\gamma(T, P) = \frac{1}{2A} [G_{\text{slab}}(T, P, N_M, N_W, N_O) - N_M \mu_M(T, P) - N_W [g_{M_x W O_4}^{\text{bulk}}(T, P) - x \mu_M(T, P) - 4 \mu_O(T, P)] - N_O \mu_O(T, P)] \quad (6)$$

Ao agrupar os potenciais químicos obtemos a equação 7:

$$\gamma(T, p) = \frac{1}{2A} [G_{\text{slab}}(T, P, N_M, N_W, N_O) - N_W g_{M_x W O_4}^{\text{bulk}}(T, P) - (N_M - x N_W) \mu_M(T, P) - (N_O - 4 N_W) \mu_O(T, P)] \quad (7)$$

Considerando que as contribuições da entropia e energia vibracional são pequenas em relação à energia total do sistema [ref], é possível aproximar a energia livre de Gibbs pela energia total obtida por cálculos de primeiros princípios, o que permite reescrever a Equação 8:

$$\gamma(T, P) = \frac{1}{2A} [E_{M_x W O_4}^{\text{slab}} - N_W E_{M_x W O_4}^{\text{bulk}} - (N_M - x N_W) \mu_M(T, P) - (N_O - 4 N_W) \mu_O(T, P)] \quad (8)$$

Além disso, μ_O , μ_M e μ_W podem ser relacionados com as energias totais das espécies moleculares e sólidas de referência, conforme descrito nas Equações 9a, 9b e 9c:

$$\Delta \mu_O(T, P) = \mu_O(T, P) - \frac{1}{2} E_{O_2} \quad (9a)$$

$$\Delta \mu_M(T, P) = \mu_M(T, P) - E_M^{\text{bulk}} \quad (9b)$$

$$\Delta \mu_W(T, P) = \mu_W(T, P) - E_W^{\text{bulk}} \quad (9c)$$

Substituindo as Equações 9a e 9b na Equação 8 e reorganizando a equação é obtida a Equação 10:

$$\gamma(T, P) = \frac{1}{2A} \left[E_{M_x W O_4}^{\text{slab}} - N_W E_{M_x W O_4}^{\text{bulk}} - (N_M - x N_W) E_M^{\text{bulk}} - (N_O - 4 N_W) \frac{1}{2} E_{O_2} - (N_M - x N_W) \Delta \mu_M(T, P) - (N_O - 4 N_W) \Delta \mu_O(T, P) \right] \quad (10)$$

Para simplificar a notação, podemos agrupar os termos da Equação 10 a partir das Equações 11a, 11b e 11c:

$$\Delta N_{M,W} = (N_M - xN_W) \quad (11a)$$

$$\Delta N_{O,W} = (N_O - 4N_W) \quad (11b)$$

$$\phi = E_{M_xWO_4}^{\text{slab}} - N_W E_{M_xWO_4}^{\text{bulk}} - \Delta N_{M,W} E_M^{\text{bulk}} - \Delta N_{O,W} \frac{1}{2} E_{O_2} \quad (11c)$$

Substituindo as Equações 11a, 11b e 11c na Equação 10, obtemos a forma final da energia livre de superfície conforme descrito na Equação 12:

$$\gamma(T, P) = \frac{1}{2A} [\phi - \Delta N_{M,W} \Delta \mu_M(T, P) - \Delta N_{O,W} \Delta \mu_O(T, P)] \quad (12)$$

Por meio do potencial químico do oxigênio é possível também relacionar a temperatura e pressão do sistema, permitindo assim estabelecer condições experimentais para a obtenção de determinadas terminações superficiais. A partir do modelo dos gases ideais associado a mecânica estatística [ref], o potencial químico do oxigênio pode ser expresso em função da temperatura e pressão conforme descrito na Equação 13:

$$\mu_O(T, P) = \frac{1}{2} E_{O_2} + \frac{1}{2} E_{O_2}^{ZPE} + \Delta \mu_O(T, P) \quad (13)$$

Aplicando a Equação 9a na Equação 13 é possível obter a variação do potencial químico do oxigênio em função da temperatura e pressão, conforme descrito na Equação 14:

$$\begin{aligned} \Delta \mu_O(T, P) = & -\frac{1}{2} k_B T \ln \left(\frac{P}{P^0} \right) \\ & - \frac{1}{2} k_B T \left\{ \ln \left[\left(\frac{2\pi m_{O_2}}{h^2} \right)^{3/2} (k_B T)^{5/2} \right] + \ln \left(\frac{k_B T}{\sigma^s B_O} \right) - \ln \left[1 - \exp \left(\frac{\hbar \omega_O}{k_B T} \right) \right] + \ln (I^{\text{spin}}) \right\} \end{aligned} \quad (14)$$

A partir dessa equação é possível avaliar a estabilidade de diferentes terminações superficiais em função dos potenciais químicos do oxigênio e do cátion metálico modificador da rede, permitindo assim identificar quais terminações são termodinamicamente mais estáveis sob diferentes condições de ambiente químico e também de temperatura e pressão.

2.3 DINÂMICA MOLECULAR QUÂNTICA

2.4 MÉTODO *NUDGED ELASTIC BAND*

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo empregar cálculos baseados na DFT para investigar os aspectos químicos e estruturais dos tungstatos metálicos (ZnWO_4 , NiWO_4 e CoWO_4). A análise buscará compreender a ativação das moléculas de O_2 e H_2O , visando elucidar os mecanismos de formação das ROS.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar os parâmetros de cálculo de DFT para os tungstatos estudados;
- Criar modelos computacionais baseados na termodinâmica ab initio das principais terminações das superfícies expostas dos materiais estudados e determinar as superfícies mais estáveis, juntamente de suas energias de clivagem;
- Avaliar a estabilidade dinâmica dos modelos selecionados a partir da termodinâmica ab initio usando simulações de dinâmica molecular quântica, escolhendo os modelos mais promissórios para cada orientação de baixo índice de Miller;
- Estudar as propriedades eletrônicas das terminações por meio de cálculos de estrutura de bandas, DOS, função trabalho e carga Bader;
- Analisar a interação de moléculas de O_2 e H_2O com as superfícies definidas, visando a ativação dessas moléculas para formação das ROS, elucidando se existem efeitos sinérgicos;
- Determinar os estados de transição que dominam no mecanismo de formação de ROS a partir da ativação das moléculas de O_2 e H_2O .

4. METODOLOGIA

4.1 PROCEDIMENTO COMPUTACIONAL

A partir dos cálculos de DFT serão exploradas as propriedades estruturais, morfológicas e eletrônicas dos tungstatos metálicos avaliados (NiWO_4 , ZnWO_4 e CoWO_4) com o objetivo de investigar as principais terminações expostas em suas superfícies e estabelecer correlações com a reatividade frente às moléculas de O_2 e H_2O para formação das ROS. Esses cálculos serão conduzidos no *Vienna Ab Initio Simulation Package* (VASP) [73, 74], empregando a aproximação do gradiente generalizado (GGA, *Generalized Gradient Approximation*) com o funcional de troca e correlação de Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE) na determinação inicial das estruturas geométricas [75]. Adicionalmente, serão incluídas correções para descrever as interações de dispersão entre moléculas adsorvidas e a superfície, bem como avaliados funcionais híbridos em sistemas específicos que demandem uma descrição mais acurada da estrutura eletrônica.

4.2 SIMULAÇÕES DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAS E MORFOLÓGICAS

4.2.1 Otimização das estruturas internas (*bulk*)

Para a otimização do *bulk* dos tungstatos metálicos estudados, serão realizados cálculos variando a energia de corte (ENCUT, do inglês *energy cutoff*), associada ao tamanho da expansão da função de base, até identificar o valor no qual os cálculos de relaxação convergem. Em seguida, serão otimizados os pontos de amostragem do espaço recíproco (*k-points*), variando seu número até alcançar a convergência da energia do sistema, de forma análoga à otimização do ENCUT. Também serão testados diferentes funcionais de troca e correlação no âmbito da GGA, comparando-se as energias livres de formação obtidas com valores reportados na literatura, a fim de selecionar o funcional que melhor descreve a estrutura eletrônica e que eventualmente será usado em etapas posteriores. O funcional de troca e correlação escolhido será empregado na minimização estrutural, variando-se o parâmetro de rede e correlacionando a energia total relaxada com o volume da célula, de modo a determinar o volume mínimo do *bulk*. Uma vez definido o *bulk* com menor energia, será possível avançar para o estudo das superfícies, considerando que suas propriedades estão intimamente relacionadas à estrutura de *bulk*.

4.2.2 Construção das superfícies e estudo de estabilidade

Os modelos das terminações mais favoráveis para as diferentes superfícies dos materiais estudados serão avaliados por meio da termodinâmica atomística de primeiros princípios, proposta por Rogal e Reuter [72]. A partir do recorte dos cristais (*slabs*) em

planos de baixos índices de Miller, serão geradas diferentes terminações superficiais. Para cada orientação, será avaliada a espessura dos *slabs* de modo a garantir que a região central preserve as características de *bulk*, enquanto as faces apresentem propriedades de superfície, para garantir a representatividade do modelo de superfície. A energia de superfície será analisada em função do número de repetições do *bulk* para cada espessura de *slab*, a fim de encontrar a espessura em que a energia de superfície comece a convergir. Uma vez definida a espessura representativa, será estudada a estabilidade das diferentes terminações geradas para cada superfície.

A estabilidade dessas terminações superficiais será avaliada com o programa *Predicting Stability of Terminations of Oxides* (PS-TEROS), desenvolvido em nosso grupo [76]. Por meio de uma plataforma computacional automatizada, o programa calcula a energia livre de Gibbs para superfícies de óxidos em função do potencial químico de seus constituintes ($\Delta\mu_M$, $\Delta\mu_W$ e $\Delta\mu_O$). Com o auxílio dos cálculos automatizados do PS-TEROS será identificada a terminação mais estável para cada orientação estudada, a partir de diagramas de energia e de superfícies que relacionam a energia livre de superfície com os potenciais químicos dos elementos que constituem o metal, de acordo com a Equação 12:

$$\gamma(T, P) = \frac{1}{2A} [\phi - \Delta N_{M,W} \Delta\mu_M(T, P) - \Delta N_{O,W} \Delta\mu_O(T, P)] \quad (12)$$

O $\Delta\mu_O$ será relacionado à temperatura e pressão do sistema, conforme descrito na Equação 14, a fim de estabelecer condições experimentais para a obtenção de determinadas terminações superficiais:

$$\Delta\mu_O(T, P) = -\frac{1}{2}k_B T \ln \left(\frac{P}{P^0} \right) - \frac{1}{2}k_B T \left\{ \ln \left[\left(\frac{2\pi m_{O_2}}{h^2} \right)^{3/2} (k_B T)^{5/2} \right] + \ln \left(\frac{k_B T}{\sigma^s B_O} \right) - \ln \left[1 - \exp \left(\frac{\hbar\omega_O}{k_B T} \right) \right] + \ln(I^{spin}) \right\} \quad (14)$$

Para melhor compreender a estabilidade das superfícies, serão calculadas as energias de clivagem e relaxação das terminações geradas.

4.2.3 Cálculo de energia de relaxação e clivagem das superfícies

A energia de clivagem (E_c) corresponde à energia necessária para quebrar um cristal e gerar duas superfícies complementares, que ao serem combinadas formam o cristal original. A E_c pode ser calculada utilizando a Equação 15:

$$E_c(i, j) = \frac{1}{2A} (E_i^{slab} + E_j^{slab} - nE^{bulk}) \quad (15)$$

A fim de verificar a estabilização das superfícies após sua clivagem é possível calcular a energia de relaxação (E_r), que corresponde à energia liberada quando uma

superfície clivada ($E_{unrelaxed}^{slab}$) é relaxada ($E_{relaxed}^{slab}$) para sua configuração de menor energia. A E_r pode ser calculada utilizando a Equação 16:

$$E_r = E_{relaxed}^{slab} - E_{unrelaxed}^{slab} \quad (16)$$

4.2.4 Dinâmica Molecular *Ab Initio*

Para assegurar a estabilidade das terminações selecionadas, serão realizados estudos de Dinâmica Molecular *ab initio* (AIMD, do inglês *ab initio* Molecular Dynamics). Esses cálculos permitirão avaliar possíveis alterações estruturais ao longo do tempo e sob diferentes temperaturas, verificando a robustez das superfícies em condições mais próximas às experimentais.

4.3 SIMULAÇÕES DA REATIVIDADE PARA GERAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO

4.3.1 Determinação de sítios de adsorção

Uma vez definidas as terminações de maior estabilidade, serão avançadas para o estudo de suas propriedades eletrônicas e para compreender melhor a reatividade, além de identificar possíveis sítios de adsorção das terminações que serão estudadas de forma mais aprofundada. Para investigar as propriedades eletrônicas, serão realizados cálculos de estrutura de bandas. A trajetória de alta simetria no espaço recíproco, essencial para os cálculos de estrutura de bandas, será gerada com a ferramenta SeeK-Path [77, 78]. A análise da estrutura de bandas e do DOS (calculada na etapa anterior) permitirá determinar o band gap e, com a DOS, será possível calcular a densidade de portadores de carga (ρ), com base na distribuição de Fermi-Dirac [79], possibilitando uma comparação direta entre as propriedades do material em estado bulk e suas superfícies. Além disso, será calculada a função trabalho (Φ), que corresponde à energia mínima necessária para levar um elétron do nível de Fermi do material até um ponto no vácuo. Este parâmetro é fundamental para compreender a capacidade dos materiais de absorver e emitir radiação [71]. A distribuição de densidade eletrônica de cada sistema será investigada a partir da teoria topológica de Bader [80], o que permitirá avaliar a distribuição de carga entre os átomos das superfícies e identificar regiões com excesso ou deficiência eletrônica, possibilitando prever o caráter desses sítios como nucleofílicos ou eletrofílicos, aprimorando a compreensão sobre a reatividade de cada superfície.

4.3.2 Determinação dos sítios de adsorção de O₂ e H₂O

Com base nos resultados obtidos para as propriedades estruturais, morfológicas e eletrônicas, serão realizados cálculos teóricos para avaliar a interação das moléculas de O₂ e H₂O com as superfícies dos materiais estudados, visando compreender sua ativação e os

mecanismos envolvidos em sua geração. Nesse estudo, será avaliada independentemente a adsorção das moléculas de O_2 e H_2O , bem como sua coadsorção, a fim de verificar a existência de mecanismos sinérgicos no processo de ativação dessas moléculas para a geração de ROS.

4.3.3 Determinação dos estados de transição

A identificação dos estados de transição e das barreiras energéticas associadas será conduzida por meio do método *Nudged Elastic Band* (NEB) [81], que traça o caminho reacional por meio de imagens intermediárias interpoladas e conectadas por potenciais elásticos artificiais. Essas imagens são otimizadas simultaneamente para determinar o caminho de menor energia, sendo que, ao final das simulações, identifica-se o estado de transição, correspondente ao ponto de maior energia e que atua como barreira de potencial para a reação. A amostragem dos sítios de adsorção molecular será realizada utilizando o programa *UMSLtoolkit*, desenvolvido no próprio grupo e previamente aplicado a outros sistemas. Com ele, é possível alocar adsorvato na superfície do substrato e refinar a posição a fim de determinar os sítios de adsorção e configurações do adsorvato na superfície do substrato que garantem a maior estabilidade. Uma vez encontrados os estados de transição envolvidos no processo de ativação das moléculas de O_2 e H_2O , serão realizados cálculos de frequência de fônons, a fim de verificar se há apenas uma frequência imaginária nas estruturas dos estados intermediários, e com isso confirmar que o estado de transição obtido por meio do NEB seja um estado de transição real. A partir desses resultados, todas as terminações serão comparadas, permitindo identificar aquelas com maior potencial fotocatalítico para aplicação biocida.


5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 SIMULAÇÕES DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MORFLÓGICAS DO ZnWO_4

5.1.1 Otimização da estrutura interna

Os parâmetros ENCUT e o k -points são parâmetros cruciais em cálculos de DFT, pois influenciam diretamente a precisão dos resultados e o custo computacional. Sendo assim, é necessário realizar uma série de cálculos variando esses parâmetros para encontrar os valores ótimos que garantam um equilíbrio entre precisão e eficiência computacional. Esses resultados estão expostos na Figura 4.

Figura 4: Gráfico de convergência da energia total do sistema em função dos parâmetros ENCUT e k -points.

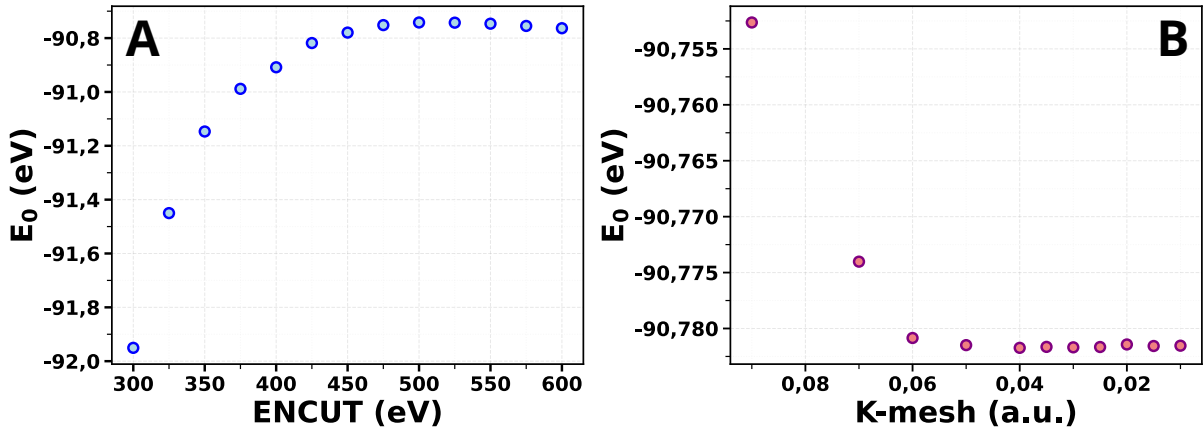

Fonte: Elaborada pelo autor.

Primeiramente para a otimização do sistema foi realizada a determinação do ENCUT mínimo do sistema, que define o limite da energia cinética das funções de ondas planas que contribuirão na descrição da função de onda do sistema e com isso determinação da energia total do sistema (E_0). Esse parâmetro é de extrema importância para descrição da E_0 e também não usar um número excessivo de funções de base que não aumentem significativamente a precisão do resultado e aumentem o tempo de cálculo, visto que acima de um valor limite a energia total do sistema tende a convergir para um valor limite. Sendo assim foram feitos cálculos de relaxação do *bulk* de ZnWO_4 variando o ENCUT de 300 a 600 eV. A partir dos resultados apresentados na Figura 4 A observa-se que o E_0 do sistema converge para um valor limite a partir de um ENCUT de 450 eV, portanto esse valor foi escolhido para os cálculos subsequentes. A partir desse resultado realizou-se a determinação do número ótimo de k -points para a amostragem da zona de Brillouin do

sistema. Foram realizados cálculos variando a densidade da malha de *k-points* (K-MESH) com o auxílio do *vaspkit* foi gerado os *k-points*, a densidade da malha foi variada de 0,01 a 0,09. A partir dos resultados apresentados na Figura 4B observa-se que o E_0 do sistema converge para um valor limite a partir de uma malha de densidade 0.04, que corresponde aos *k-points* de 5x4x5, portanto esse valor foi escolhido para os cálculos subsequentes.

Feita essa otimização inicial dos parâmetros de cálculo, foi realizado um estudo do funcional de troca e correlação mais adequado para descrever o sistema, para isso foi utilizada a entalpia de formação do material como parametro de comparação. Foram testados os funcionais GGA do tipo PBE (usado até o momento), PBE revisado por Zhang e Yang (revPBE) [82] e PBE revisado para sólidos e superfícies (PBEsol) [83] e PBE revisado Hammer *et. al.* (RPBE) [84] que tem como objetivo de aprimorar a descrição de energia de adsorção. A Tabela 1 apresenta os valores de entalpia obtidos para cada funcional testado, comparados com o valor experimental de -12,78 eV disponível na literatura [85].


Tabela 1: Valores de entalpia de formação do $ZnWO_4$ obtidos com diferentes funcionais de troca e correlação comparados com o valor experimental.

Funcional	Entalpia de Formação (eV mol ⁻¹)	Erro (%)
PBE	-11,518	9,870
revPBE	-10,556	17,40
PBEsol	-11,977	6,280
RPBE	-10,512	17,74
Experimental [85]	-12,78	-

A partir dos resultados apresentados na Tabela 1 observa-se que o funcional GGA-PBEsol apresentou os valores de valor de entalpia de formação mais próximos dos valores experimentais, com um erro percentual de aproximadamente 5,86%. Portanto, esse funcional foi escolhido para os cálculos subsequentes.

Para terminar a otimização das estrutura do $ZnWO_4$ foi realizados calculos variando o fator de escala dos parametros de rede a fim de determinar a estrutura de mínima energia do sistema. Para isso foi feito um primeiro estudo variando o fator de escala de 0,800 a 1,300, a fim de obter uma estimativa inicial dos parametros de rede ótimos. A partir desse resultado foi realizado um segundo estudo mais refinado variando o fator de escala de 0,960 a 1,020. Os resultados desses cálculos estão apresentados na Figura 5.

Figura 5: Curva de Energia total (E_0) versus volume (V) do ZnWO_4 obtida a partir variação do fator de escala dos parametros de rede.

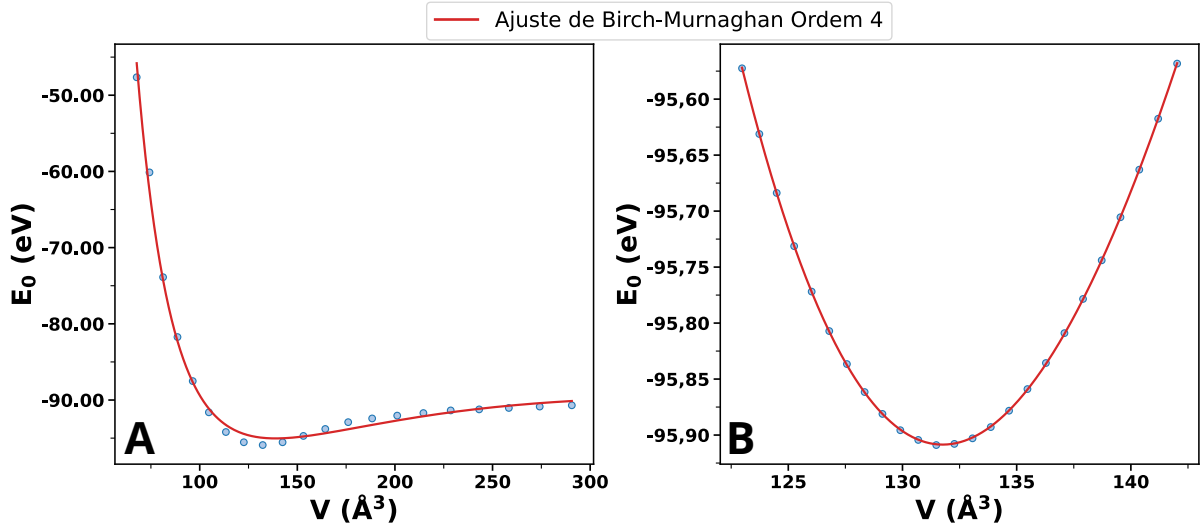

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os resultados preliminares expostos na Figura 5A foi observado que a energia total do sistema atinge um valor mínimo para no volume de $132,272 \text{ \AA}^3$ (fator de escala igual a 1,000). Ao realizar um estudo mais refinado com variações menores no fator de escala do parametro de rede próximo ao primeiro valor de mínimo e fazendo um ajuste não linear utilizando a equação de Birch-Murnaghan foi obtida um volume mínimo de $131,480 \text{ \AA}^3$ (fator de escala igual a 0,998). Ao utilizar esse fator de escala de rede na estrutura do ZnWO_4 para obtenção da sua E_0 mínima comprovou-se que esse valor de fator de escala realmente corresponde ao valor mínimo de energia do sistema. Os parametros de rede obtido pela otimização de volume foram comparados com resultados experimentais e teóricos da literatura, para averiguar a validade dos resultados obtidos. A Tabela 2 os parametros de rede obtidos em comparativo com a literatura para o ZnWO_4 .

Tabela 2: Parametros de rede do ZnWO_4 frente ao literatura.

Natureza do resultado	a	b	c	Referência
Calculado	4,6674	5,7182	4,9364	Presente trabalho
Calculado	4.702	5.755	4.917	Hoang (2018) [86]
Calculado	4.736	5.746	4.937	Zhang (2023) [87]
Experimental	4.6849	5.7172	4.9328	Dkhilalli <i>et. al.</i> (2018) [88]
Experimental	4.691	5.720	4.925	Yan <i>et. al.</i> (2019) [89]

Ao comparar os resultados obtidos com a literatura foi observado um elevada similaridade entre os resultados. O que serve de indicativo de que o modelo construido apresnta boa representatividade estrutural do material.

Uma vez estabelecida o ENCUT, k -points, funcional de troca correlação e para-

metros de rede que melhor descrevem do ZnWO_4 pode-se avançar para construção de possíveis terminações superficiais do material bem como o estudo de suas estabilidade segundo a Termodinâmica Atomística de Primeiros Princípios [72, 90].

5.1.2 Construção das superfícies e estudo de estabilidade

A partir da estrutura otimizada do ZnWO_4 foram construídas as superfícies de baixos índices de Miller (001), (010), (011), (100), (101) (110) e (111). **Essas superfícies foram escolhidas por serem as mais prováveis de serem expostas em cristais do material, conforme observado em estudos experimentais [91].** Para cada orientação foram geradas diferentes terminações superficiais, de 15 Å de espessura e com um vácuo de 15 Å, totalizando 50 terminações. A Tabela 3 apresenta o número terminações superficiais geradas para cada orientação e suas respectivas identificações.

Tabela 3: Terminações superficiais geradas para cada orientação do ZnWO_4 .

Orientação	Identificação	Número de Terminações
(001)	ST-A	5
(010)	ST-B	8
(011)	ST-C	12
(100)	ST-D	6
(101)	ST-E	3
(110)	ST-F	8
(111)	ST-G	8

Os *slabs* referentes as terminações geradas para cada superfícies tiveram sua estabilidade avaliada por meio do calculo de energia livre de superfície (γ) segundo a Equação 12, com o auxílio da plataforma de automatização de calculos PS-TEROS. A partir dessa equação é possível avaliar a estabilidade de diferentes terminações de forma comparativa de duas maneiras. Primeiro traçando um diagrama de energia em que é estabelecida uma condição de potencial químico do cátion metálico modificador de rede (neste caso definindo como zero) e calculando a energia livre de superfície em função do potencial químico do oxigênio, permitindo assim identificar qual terminação é mais estável para uma determinada condição de ambiente químico. A segunda maneira é traçando um diagrama de estabilidade das terminações em que varia-se tanto o potencial químico do oxigênio quanto o do cátion metálico modificador da rede, permitindo assim identificar quais terminações são termodinamicamente mais estáveis sob diferentes condições de ambiente químico. Também é possível relacionar a temperatura e pressão do ambiente químico com os potenciais químicos do oxigênio (Equação 14), permitindo assim estabelecer condições experimentais para a obtenção de determinadas terminações superficiais.

5.1.2.1 Estudo de estabilidade superfície (001)

Para a orientação (001) foram geradas 5 terminações superficiais diferentes, identificadas como ST-A1 a ST-A5. A Figura 6 apresenta as estruturas das diferentes terminações superficiais geradas para essa orientação, antes e após a relaxação das estruturas, bem como seus defeitos estruturais.


Figura 6: Estruturas das diferentes terminações superficiais (001) do ZnWO_4 : (A) ST-A1, (B) ST-A2, (C) ST-A3, (D) ST-A4 e (E) ST-A5, antes e após a relaxação das estruturas.



Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir dos E_0 obtidos para cada terminação superficial, foi possível γ em função de $\Delta\mu_O$ e também foi possível gerar o diagrama de superfície que relaciona o μ_O com $\Delta\mu_{Zn}$. Os resultados desses cálculos estão apresentados na Figura 7.

Figura 7: (A) γ em função de $\Delta\mu_O$ para as diferentes terminações superficiais (001) do ZnWO_4 . (B) Diagrama de estabilidade das terminações superficiais (001) em função dos potenciais químicos do oxigênio $\Delta\mu_O$ e $\Delta\mu_{\text{Zn}}$. (C) Relação de T para diferentes $\Delta\mu_O$ e pressões parciais de O_2 .

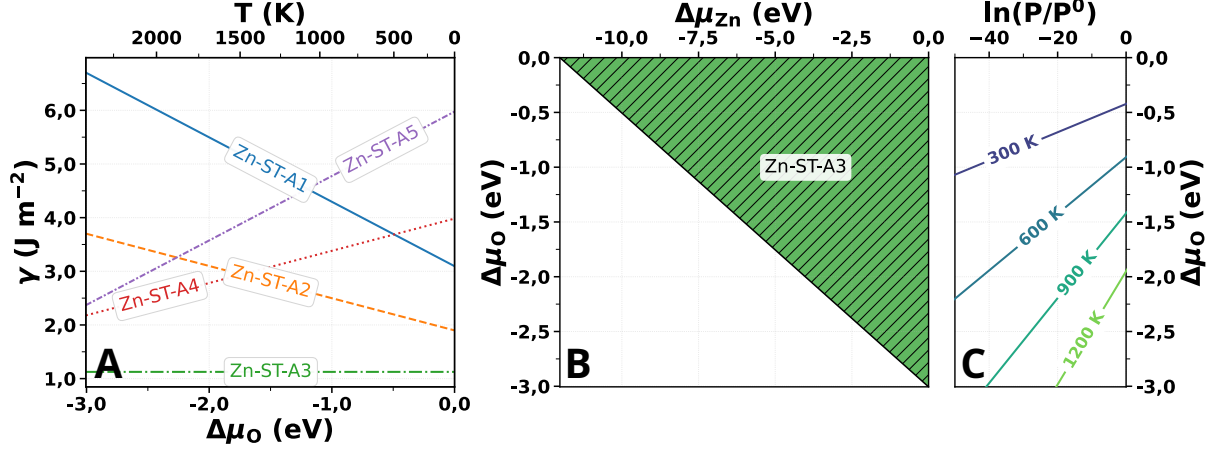

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.1.2.2 Estudo de estabilidade superfície (010)

Para a orientação (010) foram geradas 8 terminações superficiais diferentes, identificadas como ST-B1 a ST-B8. A Figura 8 apresenta as estruturas das diferentes terminações superficiais geradas para essa orientação, antes e após a relaxação das estruturas, bem como seus defeitos estruturais.


Figura 8: Estruturas das diferentes terminações superficiais (010) do ZnWO_4 : (A) ST-B1, (B) ST-B2, (C) ST-B3, (D) ST-B4, (E) ST-B5, (F) ST-B6, (G) ST-B7 e (H) ST-B8, antes e após a relaxação das estruturas.



Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir dos E_0 obtidos para cada terminação superficial, foi possível calcular γ em função de $\Delta\mu_O$. Também foi possível gerar o diagrama de superfície que relaciona o $\Delta\mu_O$ com $\Delta\mu_{Zn}$. Os resultados desses cálculos estão apresentados na Figura 9.

Figura 9: (A) γ em função de $\Delta\mu_O$ para as diferentes terminações superficiais (010) do $ZnWO_4$ (B) Diagrama de estabilidade das terminações superficiais (010) em função de $\Delta\mu_O$ e $\Delta\mu_{Zn}$. (C) Relação de T para diferentes $\Delta\mu_O$ e pressões parciais de O_2 .

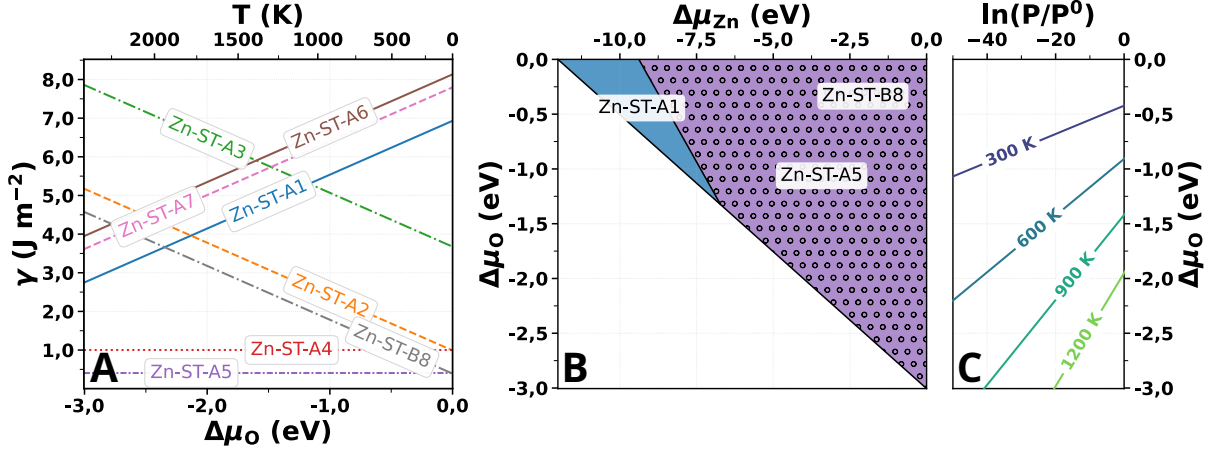

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.1.2.3 Estudo de estabilidade superfície (011)

Para a orientação (011) foram geradas 12 terminações superficiais diferentes, identificadas como ST-C1 a ST-C12. A Figura 10 apresenta as estruturas das diferentes terminações superficiais geradas para essa orientação, antes e após a relaxação das estruturas, bem como seus defeitos estruturais.

Figura 10: Estruturas das diferentes terminações superficiais (011) do ZnWO_4 : (A) ST-C1, (B) ST-C2, (C) ST-C3, (D) ST-C4, (E) ST-C5, (F) ST-C6, (G) ST-C7, (H) ST-C8, (I) ST-C9, (J) ST-C10, (K) ST-C11 e (L) ST-C12, antes e após a relaxação das estruturas.



Fonte: Elaborada pelo autor.

5.1.2.4 Estudo de estabilidade superfície (100)

Para a orientação (100) foram geradas 6 terminações superficiais diferentes, identificadas como ST-D1 a ST-D6. A Figura 11 apresenta as estruturas das diferentes terminações superficiais geradas para essa orientação, antes e após a relaxação das estruturas, bem como seus defeitos estruturais.


Figura 11: Estruturas das diferentes terminações superficiais (100) do ZnWO_4 : (A) ST-D1, (B) ST-D2, (C) ST-D3, (D) ST-D4, (E) ST-D5 e (F) ST-D6, antes e após a relaxação das estruturas, bem como seus defeitos estruturais.



Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir dos E_0 obtidos para cada terminação superficial, foi possível calcular γ em função de $\Delta\mu_O$. Também foi possível gerar o diagrama de superfície que relaciona o $\Delta\mu_O$ com $\Delta\mu_{\text{Zn}}$. Os resultados desses cálculos estão apresentados na Figura 12.

Figura 12: (A) γ em função de $\Delta\mu_O$ para as diferentes terminações superficiais (100) do ZnWO_4 (B) Diagrama de estabilidade das terminações superficiais (100) em função de $\Delta\mu_O$ e $\Delta\mu_{\text{Zn}}$. (C) Relação de T para diferentes $\Delta\mu_O$ e pressões parciais de O_2 .

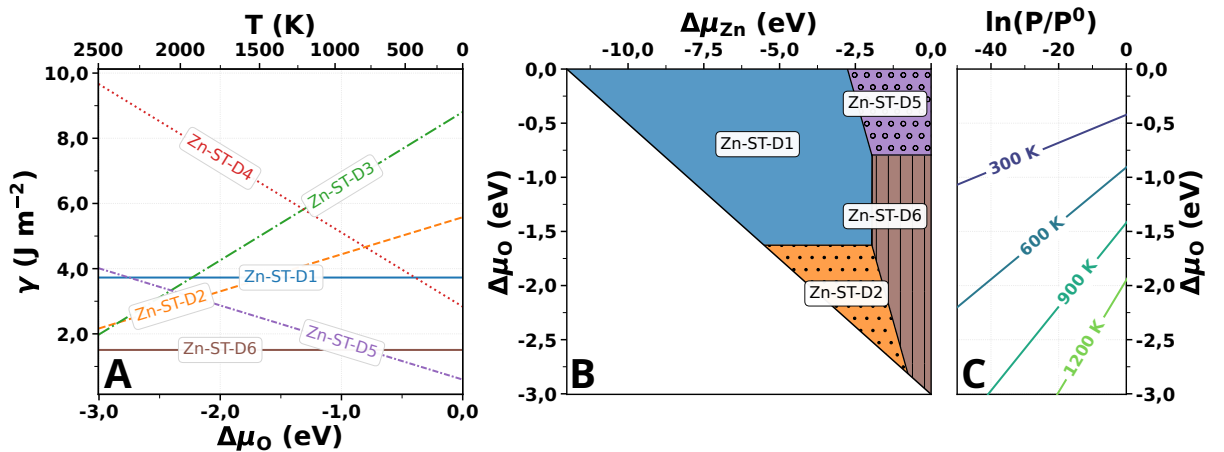

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.1.2.5 Estudo de estabilidade superfície (101)

Para a orientação (101) foram geradas 3 terminações superficiais diferentes, identificadas como ST-E1, ST-E2 e ST-E3. A Figura 13 apresenta as estruturas das diferentes terminações superficiais geradas para essa orientação, antes e após a relaxação das estruturas, bem como seus defeitos estruturais.


Figura 13: Estruturas das diferentes terminações superficiais (101) do ZnWO_4 : (A) ST-E1, (B) ST-E2 e (C) ST-E3, antes e após a relaxação das estruturas.



Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir dos E_0 obtidos para cada terminação superficial, foi possível calcular γ em função de $\Delta\mu_O$. Também foi possível gerar o diagrama de superfície que relaciona o $\Delta\mu_O$ com $\Delta\mu_{Zn}$. Os resultados desses cálculos estão apresentados na Figura 14.

Figura 14: (A) γ em função de $\Delta\mu_O$ para as diferentes terminações superficiais (101) do ZnWO_4 (B) Diagrama de estabilidade das terminações superficiais (101) em função de $\Delta\mu_O$ e $\Delta\mu_{\text{Zn}}$. (C) Relação de T para diferentes $\Delta\mu_O$ e pressões parciais de O_2 .

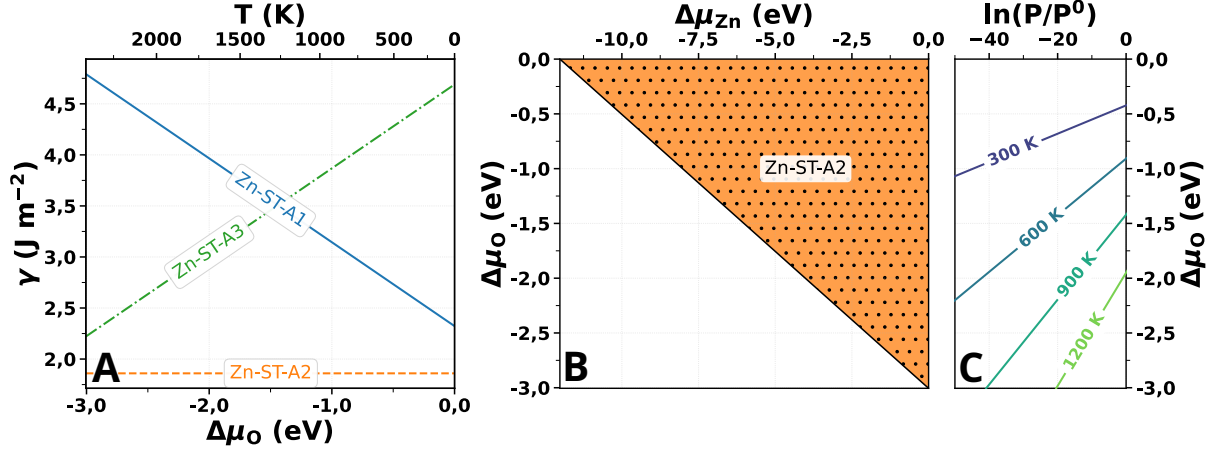

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.1.2.6 Estudo de estabilidade superfície (110)

Para a orientação (110) foram geradas 8 terminações superficiais diferentes, identificadas como ST-F1 a ST-F8. A Figura 15 apresenta as estruturas das diferentes terminações superficiais geradas para essa orientação, antes e após a relaxação das estruturas, bem como seus defeitos estruturais.


Figura 15: Estruturas das diferentes terminações superficiais (110) do ZnWO_4 : (A) ST-F1, (B) ST-F2, (C) ST-F3, (D) ST-F4, (E) ST-F5, (F) ST-F6, (G) ST-F7 e (H) ST-F8, antes e após a relaxação das estruturas.



Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir dos E_0 obtidos para cada terminação superficial, foi possível calcular γ em função de $\Delta\mu_O$. Também foi possível gerar o diagrama de superfície que relaciona o $\Delta\mu_O$ com $\Delta\mu_{Zn}$. Os resultados desses cálculos estão apresentados na Figura 16.

Figura 16: (A) γ em função de $\Delta\mu_O$ para as diferentes terminações superficiais (110) do $ZnWO_4$ (B) Diagrama de estabilidade das terminações superficiais (110) em função de $\Delta\mu_O$ e $\Delta\mu_{Zn}$. (C) Relação de T para diferentes $\Delta\mu_O$ e pressões parciais de O_2 .

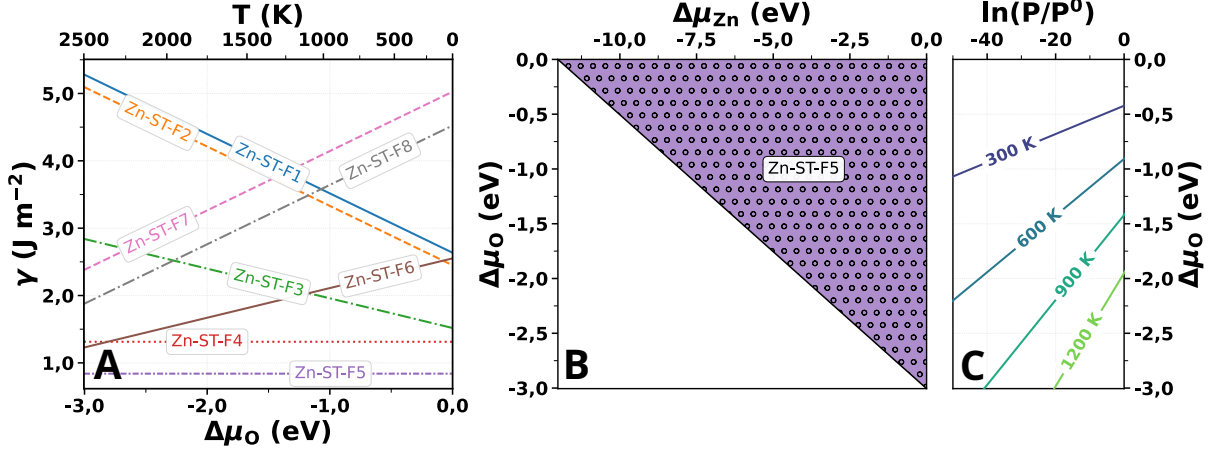

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.1.2.7 Estudo de estabilidade superfície (111)

Por fim para a orientação (111) foram geradas 8 terminações superficiais diferentes, identificadas como ST-G1 a ST-G8. A Figura 17 apresenta as estruturas das diferentes terminações superficiais geradas para essa orientação, antes e após a relaxação das estruturas, bem como seus defeitos estruturais.

Figura 17: Estruturas das diferentes terminações superficiais (111) do ZnWO_4 : (A) ST-G1, (B) ST-G2, (C) ST-G3, (D) ST-G4, (E) ST-G5, (F) ST-G6, (G) ST-G7 e (H) ST-G8, antes e após a relaxação das estruturas.



Fonte: Elaborada pelo autor.

6. CONCLUSÃO

Sintetize as principais contribuições do trabalho, tire conclusões a partir dos resultados e proponha trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

- [1] BAYR, H. Reactive oxygen species. *Critical care medicine*, LWW, v. 33, n. 12, s498–s501, 2005.
- [2] DONG, C.; FANG, W.; YI, Q.; ZHANG, J. A comprehensive review on reactive oxygen species (ROS) in advanced oxidation processes (AOPs). *Chemosphere*, Elsevier, v. 308, p. 136205, 2022.
- [3] SACHDEV, S.; ANSARI, S. A.; ANSARI, M. I. *Reactive Oxygen Species in Plants*. [S.l.: s.n.], 2023. ISBN 9789811998836. DOI: 10.1007/978-981-19-9884-3.
- [4] MITTLER, R.; ZANDALINAS, S. I.; FICHMAN, Y.; VAN BREUSEGEM, F. Reactive oxygen species signalling in plant stress responses. *Nature reviews Molecular cell biology*, Nature Publishing Group UK London, v. 23, n. 10, p. 663–679, 2022. DOI: 10.1038/s41580-022-00499-2.
- [5] MAILLOUX, R. J. An update on methods and approaches for interrogating mitochondrial reactive oxygen species production. *Redox biology*, Elsevier, v. 45, p. 102044, 2021. DOI: 10.1016/j.redox.2021.102044.
- [6] HABER, F.; WEISS, J. The catalytic decomposition of hydrogen peroxide by iron salts. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A-Mathematical and Physical Sciences*, The Royal Society London, v. 147, n. 861, p. 332–351, 1934. DOI: 10.1098/rspa.1934.0221.
- [7] LAM, P.-L.; WONG, R.-M.; LAM, K.-H.; HUNG, L.-K.; WONG, M.-M.; YUNG, L.-H.; HO, Y.-W.; WONG, W.-Y.; HAU, D.-P.; GAMBARI, R. et al. The role of reactive oxygen species in the biological activity of antimicrobial agents: An updated mini review. *Chemico-biological interactions*, Elsevier, v. 320, p. 109023, 2020. DOI: 10.1016/j.cbi.2020.109023.
- [8] FENTON, H. J. H.; JONES, H. VII.—The oxidation of organic acids in presence of ferrous iron. Part I. *Journal of the Chemical Society, Transactions*, Royal Society of Chemistry, v. 77, p. 69–76, 1900. DOI: 10.1039/CT9007700069.
- [9] EL SHARKAWY, H. M.; SHAWKY, A. M.; ELSHYPANY, R.; SELIM, H. Efficient photocatalytic degradation of organic pollutants over TiO₂ nanoparticles modified with nitrogen and MoS₂ under visible light irradiation. *Scientific Reports*, Nature Publishing Group UK London, v. 13, n. 1, p. 8845, 2023. DOI: 10.1038/s41598-023-35265-7.
- [10] DRYDEN, M. Reactive oxygen species: a novel antimicrobial. *International journal of antimicrobial agents*, Elsevier, v. 51, n. 3, p. 299–303, 2018. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2017.08.029.

- [11] SHAFIQ, M.; CHEN, Y.; HASHIM, R.; HE, C.; MO, X.; ZHOU, X. Reactive oxygen species-based biomaterials for regenerative medicine and tissue engineering applications. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, Frontiers Media SA, v. 9, p. 821288, 2021. DOI: 10.3389/fbioe.2021.821288.
- [12] LIANG, J.; LIU, B. ROS-responsive drug delivery systems. *Bioengineering & translational medicine*, Wiley Online Library, v. 1, n. 3, p. 239–251, 2016. DOI: 10.1002/btm2.10014.
- [13] YU, Y.; CUI, Y.; NIEDERNHOFER, L. J.; WANG, Y. Occurrence, biological consequences, and human health relevance of oxidative stress-induced DNA damage. *Chemical research in toxicology*, ACS Publications, v. 29, n. 12, p. 2008–2039, 2016. DOI: 10.1021/acs.chemrestox.6b00265.
- [14] YANG, B.; CHEN, Y.; SHI, J. Reactive oxygen species (ROS)-based nanomedicine. *Chemical reviews*, ACS Publications, v. 119, n. 8, p. 4881–4985, 2019. DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00626.
- [15] SPIERING, M. J. Primer on the immune system. *Alcohol research: current reviews*, v. 37, n. 2, p. 171, 2015.
- [16] WANG, R.; LAN, C.; BENLAGHA, K.; CAMARA, N. O. S.; MILLER, H.; KUBO, M.; HEEGAARD, S.; LEE, P.; YANG, L.; FORSMAN, H. et al. The interaction of innate immune and adaptive immune system. *MedComm*, Wiley Online Library, v. 5, n. 10, e714, 2024. DOI: 10.1002/mco2.714.
- [17] BARDAWEEL, S. K.; GUL, M.; ALZWEIRI, M.; ISHAQAT, A.; ALSALAMAT, H. A.; BASHATWAH, R. M. Reactive oxygen species: The dual role in physiological and pathological conditions of the human body. *The Eurasian journal of medicine*, v. 50, n. 3, p. 193, 2018. DOI: 10.5152/eurasianjmed.2018.17397.
- [18] GORDON, S. Phagocytosis: an immunobiologic process. *Immunity*, Elsevier, v. 44, n. 3, p. 463–475, 2016. DOI: 10.1016/j.immuni.2016.02.026.
- [19] ZENG, X.; LIU, Y.; XIA, Y.; UDDIN, M. H.; XIA, D.; MCCARTHY, D. T.; DELETIC, A.; YU, J.; ZHANG, X. Cooperatively modulating reactive oxygen species generation and bacteria-photocatalyst contact over graphitic carbon nitride by polyethylenimine for rapid water disinfection. *Applied Catalysis B: Environmental*, Elsevier, v. 274, p. 119095, 2020. DOI: 10.1016/j.apcatb.2020.119095.
- [20] ZHU, Y.; HONG, W.; LIU, X.; TAN, L.; WU, J.; MAO, C.; XIANG, Y.; WU, S.; CHEUNG, K. M.; YEUNG, K. W. Rapid bacterial elimination achieved by sonodynamic Au@ Cu₂O hybrid nanocubes. *Nanoscale*, Royal Society of Chemistry, v. 13, n. 37, p. 15699–15710, 2021. DOI: 10.1039/D1NR04512A.

- [21] LIU, Y.; WANG, L.; MA, Q.; XU, X.; GAO, X.; ZHU, H.; FENG, T.; DOU, X.; EGUCHI, M.; YAMAUCHI, Y. et al. Simultaneous generation of residue-free reactive oxygen species and bacteria capture for efficient electrochemical water disinfection. *Nature communications*, Nature Publishing Group UK London, v. 15, n. 1, p. 10175, 2024. DOI: 10.1038/s41467-024-53174-9.
- [22] HE, D.; QU, J. Photocatalytic Degradation of Emerging Contaminants. *Toxics*, MDPI, v. 13, n. 2, p. 80, 2025. DOI: 10.3390/toxics13020080.
- [23] WANG, L.; ZHAO, J.; LIU, H.; HUANG, J. Design, modification and application of semiconductor photocatalysts. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, Elsevier, v. 93, p. 590–602, 2018. DOI: 10.1016/j.jtice.2018.09.004.
- [24] FAN, D.; LI, W.; QIU, H.; XU, Y.; GAO, S.; LIU, L.; LI, T.; HUANG, F.; MAO, Y.; ZHOU, W. et al. Two-dimensional semiconductor integrated circuits operating at gigahertz frequencies. *Nature Electronics*, Nature Publishing Group UK London, v. 6, n. 11, p. 879–887, 2023. DOI: 10.1038/s41928-023-01052-5.
- [25] MALITS, M.; NEMIROVSKY, Y. Nanometric integrated temperature and thermal sensors in CMOS-SOI technology. *Sensors*, MDPI, v. 17, n. 8, p. 1739, 2017. DOI: 10.3390/s17081739.
- [26] CUI, Z.; LI, D.; YANG, W.; FAN, K.; LIU, H.; WEN, F.; LI, L.; DONG, L.; WANG, G.; WU, W. An electrochemical biosensor based on few-layer MoS₂ nanosheets for highly sensitive detection of tumor marker ctDNA. *Analytical Methods*, Royal Society of Chemistry, v. 14, n. 20, p. 1956–1962, 2022. DOI: 10.1039/D2AY00467D.
- [27] AHN, N.; LIVACHE, C.; PINCHETTI, V.; KLIMOV, V. I. Colloidal semiconductor nanocrystal lasers and laser diodes. *Chemical Reviews*, ACS Publications, v. 123, n. 13, p. 8251–8296, 2023. DOI: 10.1021/acs.chemrev.2c00865.
- [28] ZHONG, Q.; LI, Y.; LIU, J.; LI, J.; ZHANG, G. In situ construction of Ti³⁺ self-doped TiO₂/Ti₃C₂ Schottky heterojunctions for highly selective photo-Fenton-like degradation of organic pollutants: Surface/interface effect and mechanism insight. *Applied Surface Science*, Elsevier, v. 667, p. 160376, 2024. DOI: 10.1016/j.apsusc.2024.160376.
- [29] ALFA, I.; HAFEEZ, H. Y.; MOHAMMED, J.; ABDU, S.; SULEIMAN, A. B.; NDIKILAR, C. E. A recent progress and advancement on MoS₂-based photocatalysts for efficient solar fuel (hydrogen) generation via photocatalytic water splitting. *International Journal of Hydrogen Energy*, Elsevier, v. 71, p. 1006–1025, 2024. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2024.05.203.

- [30] HE, H.; LUO, Z.; YU, C. Multifunctional ZnWO₄ nanoparticles for photocatalytic removal of pollutants and disinfection of bacteria. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, Elsevier, v. 401, p. 112735, 2020. DOI: 10.1016/j.jphotochem.2020.112735.
- [31] ZHANG, H.; LIU, J.; XU, T.; JI, W.; ZONG, X. Recent advances on small band gap semiconductor materials (≤ 2.1 eV) for solar water splitting. *Catalysts*, MDPI, v. 13, n. 4, p. 728, 2023. DOI: 10.3390/catal13040728.
- [32] WOLPERT, D.; AMPADU, P. *Managing temperature effects in nanoscale adaptive systems*. [S.l.]: Springer Science & Business Media, 2011.
- [33] LU, S. A systematic analysis of wide band gap semiconductor used in power electronics. *Applied and Computational Engineering*, v. 65, n. 1, p. 161–166, 2024. DOI: 10.54254/2755-2721/65/20240487.
- [34] NGUYEN, N.-K.; NGUYEN, T.; NGUYEN, T.-K.; YADAV, S.; DINH, T.; MASUD, M. K.; SINGHA, P.; DO, T. N.; BARTON, M. J.; TA, H. T. et al. Wide-band-gap semiconductors for biointegrated electronics: Recent advances and future directions. *ACS Applied Electronic Materials*, ACS Publications, v. 3, n. 5, p. 1959–1981, 2021. DOI: 10.1021/acsaelm.0c01122.
- [35] SHAN, A. Y.; GHAZI, T. I. M.; RASHID, S. A. Immobilisation of titanium dioxide onto supporting materials in heterogeneous photocatalysis: A review. *Applied Catalysis A: General*, Elsevier, v. 389, n. 1-2, p. 1–8, 2010. DOI: 10.1016/j.apcata.2010.08.053.
- [36] NASCIMENTO, J. L. A. do; CHANTELE, L.; SANTOS, I. M. G. dos; MENEZES DE OLIVEIRA, A. L.; ALVES, M. C. F. The Influence of Synthesis Methods and Experimental Conditions on the Photocatalytic Properties of SnO₂: A Review. *Catalysts*, v. 12, n. 4, 2022. ISSN 2073-4344. DOI: 10.3390/catal12040428. <https://www.mdpi.com/2073-4344/12/4/428>.
- [37] MACEDO, O. d.; OLIVEIRA, A. d.; SANTOS, I. d. Zinc tungstate: a review on its application as heterogeneous photocatalyst. *Ceramica*, SciELO Brasil, v. 68, n. 387, p. 294–315, 2022. DOI: 10.1590/0366-69132022683873265.
- [38] ABUBAKAR, H. L.; TIJANI, J. O.; ABDULKAREEM, S. A.; MANN, A.; MUSTAPHA, S. A review on the applications of zinc tungstate (ZnWO₄) photocatalyst for wastewater treatment. *Heliyon*, Elsevier, v. 8, n. 7, 2022. DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e09964.
- [39] SINGH, G.; UBHI, M. K.; JEET, K.; SINGLA, C.; KAUR, M. A review on impacting parameters for photocatalytic degradation of organic effluents by ferrites and their nanocomposites. *Processes*, MDPI, v. 11, n. 6, p. 1727, 2023. DOI: 10.3390/pr11061727.

- [40] COSTA, M. J. d. S.; LIMA, A. E. B.; RIBEIRO, E. P.; COSTA, G. d. S.; LONGO, E.; LUZ JR, G. E. da; CAVALCANTE, L. S.; SANTOS, R. d. S. Transition metal tungstates A WO₄ (A 2+ = Fe, Co, Ni, and Cu) thin films and their photoelectrochemical behavior as photoanode for photocatalytic applications. *Journal of Applied Electrochemistry*, Springer, v. 53, n. 7, p. 1349–1367, 2023. DOI: 10.1007/s10800-023-01851-w.
- [41] SIVAGANESH, D.; SARAVANAKUMAR, S.; SIVAKUMAR, V.; SASIKUMAR, S.; NANDHA GOPAL, J.; KALPANA, S.; RAJAJEYAGANTHAN, R. Sm³⁺ induced-SrWO₄ phosphor: analysis of photoluminescence and photocatalytic properties with electron density distribution studies. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, Springer, v. 31, n. 11, p. 8865–8883, 2020. DOI: 10.1007/s10854-020-03421-8.
- [42] GAO, C.; LI, D.; WEN, Q.; SONG, F.; ZHOU, J. Synthesis of dual pn heterojunction of NiWO₄/CdS/ZIF-67 photocatalyst as a highly efficient photo-assisted fenton-like catalyst for removal of doxycycline hydrochloride. *Applied Surface Science*, Elsevier, v. 645, p. 158872, 2024. DOI: 10.1016/j.apsusc.2023.158872.
- [43] ANM. *Anuário Mineral Estadual – Rio Grande do Norte anos base 2010 – 2013*. 14 jun. 2017. <https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/economiamineral/publicacoes/anuario-mineral/anuario-mineral-estadual/anuario-mineralestadual/rio-grande-do-norte>. Acesso em: 6 ago. 2025.
- [44] VAN DE WALLE, C. Computational studies of conductivity in wide-band-gap semiconductors and oxides. *Journal of Physics: Condensed Matter*, IOP Publishing, v. 20, n. 6, p. 064230, 2008. DOI: 10.1088/0953-8984/20/6/064230.
- [45] LIU, X.; MCKEMMISH, L.; PÉREZ-RÍOS, J. The performance of CCSD (T) for the calculation of dipole moments in diatomics. *Physical Chemistry Chemical Physics*, Royal Society of Chemistry, v. 25, n. 5, p. 4093–4104, 2023. DOI: 10.1039/D2CP05060A.
- [46] WANG, Y.; ZHAO, Z.; TANG, X.; YANG, D.; SUN, C. Photophysical properties of the fluorescent probe NHI for the detection of phosgene based on ESIPT process: A DFT/TD-DFT study. *Chemical Physics Letters*, Elsevier, p. 142349, 2025. DOI: 10.1016/j.cplett.2025.142349.
- [47] RODRIGUES-PINHEIRO, A.; LONGO, E.; ANDRES, J.; SAN-MIGUEL, M. A. Electron Irradiation-Induced Structural and Electronic Transformations in β -Ag₂MoO₄: Atomistic Insights into the Formation of Ag Nanoparticles. *The Journal of Physical Chemistry C*, ACS Publications, v. 129, n. 15, p. 7402–7412, 2025. DOI: 10.1021/acs.jpcc.4c08139.

- [48] BUTLER, K. T.; FROST, J. M.; SKELTON, J. M.; SVANE, K. L.; WALSH, A. Computational materials design of crystalline solids. *Chemical Society Reviews*, Royal Society of Chemistry, v. 45, n. 22, p. 6138–6146, 2016. DOI: 10.1039/C5CS00841G.
- [49] FEDOROV, A. K.; GELFAND, M. S. Towards practical applications in quantum computational biology. *Nature Computational Science*, Nature Publishing Group US New York, v. 1, n. 2, p. 114–119, 2021. DOI: 10.1038/s43588-021-00024-z.
- [50] CABRAL, L.; LONGO, E.; SAN-MIGUEL, M. A.; LEITE, E.; SILVA, E. da; ANDRÉS, J. Lighting up the structure and electronic properties of α -, β -, γ -Ag₂WO₄ polymorphs under laser irradiation: a DFT investigation. *Physical Chemistry Chemical Physics*, Royal Society of Chemistry, v. 27, n. 14, p. 6836–6844, 2025. DOI: 10.1039/D4CP04349A.
- [51] GOUVEIA, A. F.; ASSIS, M.; CAVALCANTE, L. S.; GRACIA, L.; LONGO, E.; ANDRÉS, J. Reading at exposed surfaces: theoretical insights into photocatalytic activity of ZnWO₄. *Frontier Research Today*, v. 1, p. 1005, 2018. DOI: 10.31716/frt.201801005.
- [52] SILVEIRA LACERDA, L. H. da; LONGO, E.; ANDRES, J.; SAN-MIGUEL, M. A. A diagnosis approach for semiconductor properties evaluation from ab initio calculations: Ag-based materials investigation. *Journal of Solid State Chemistry*, Elsevier, v. 305, p. 122670, 2022. DOI: 10.1016/j.jssc.2021.122670.
- [53] GOUVEIA, A. F.; LIPSKY, F.; SAN-MIGUEL, M. A.; LONGO, E.; ANDRÉS, J. What’s behind their various activities? Discerning the importance of surface terminations in Ag₃PO₄ semiconductor from DFT calculations. *Computational Materials Today*, Elsevier, v. 1, p. 100001, 2024. DOI: 10.1021/acsomega.1c01214.
- [54] WU, Y.; ZHANG, J.; LONG, B.; ZHANG, H. The Thermodynamic Stability, Electronic and Photocatalytic Properties of the ZnWO₄(100) Surface as Predicted by Screened Hybrid Density Functional Theory. *ACS Omega*, v. 6, n. 23, p. 15057–15067, 2021. DOI: 10.1021/acsomega.1c01214.
- [55] SILVEIRA LACERDA, L. H. da; SAN-MIGUEL, M. A. DFT approaches unraveling the surface and morphological properties of MnMoO₄. *Applied Surface Science*, Elsevier, v. 567, p. 150882, 2021. DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.150882.
- [56] TEODORO, V.; GOUVEIA, A. F.; MACHADO, T. R.; TRENCH, A. B.; JACOMACI, N.; ASSIS, M.; MARQUES, G. E.; TEODORO, M. D.; SAN-MIGUEL, M. A.; ANDRÉS, J. et al. Connecting morphology and photoluminescence emissions in β -Ag₂MoO₄ microcrystals. *Ceramics International*, Elsevier, v. 48, n. 3, p. 3740–3750, 2022. DOI: 10.1016/j.ceramint.2021.10.156.

- [57] BARRIONUEVO, M. V. F.; ANDRES, J.; SAN-MIGUEL, M. A. A Theoretical Study on the Structural, Electronic, and Magnetic Properties of Bimetallic Pt₁₃-nNi_n (N= 0, 3, 6, 9, 13) Nanoclusters to Unveil the Catalytic Mechanisms for the Water-Gas Shift Reaction. *Frontiers in chemistry*, Frontiers Media SA, v. 10, p. 852196, 2022. DOI: 10.3389/fchem.2022.852196.
- [58] BHATI, M.; CHEN, Y.; SENFTLE, T. P. Density functional theory modeling of photo-electrochemical reactions on semiconductors: H₂ evolution on 3C-SiC. *The Journal of Physical Chemistry C*, ACS Publications, v. 124, n. 49, p. 26625–26639, 2020. DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c07583.
- [59] REN, B.; JIN, Q.; LI, Y.; LI, Y.; CUI, H.; WANG, C. Activating titanium dioxide as a new efficient electrocatalyst: from theory to experiment. *ACS Applied Materials & Interfaces*, ACS Publications, v. 12, n. 10, p. 11607–11615, 2020. DOI: 10.1021/acsami.9b21575.
- [60] ANDRADE, A. O.; SILVEIRA LACERDA, L. H. da; JÚNIOR, M. L.; SHARMA, S. K.; COSTA, M. M. da; ALVES, O. C.; SANTOS, E. C.; SANTOS, C. dos; MENEZES, A. de; SAN-MIGUEL, M. A. et al. Enhanced photocatalytic activity of BiOBr/ZnWO₄ heterojunction: A combined experimental and DFT-based theoretical approach. *Optical Materials*, Elsevier, v. 138, p. 113701, 2023. DOI: 10.1016/j.optmat.2023.113701.
- [61] GOUVEIA, A. F.; BELLUCCI, G. V.; RIBEIRO, L. K.; ASSIS, M.; ROSA, I. L. V.; LONGO, E.; ANDRÉS, J.; SAN-MIGUEL, M. A. Surfactant effects in the morphology and the photocatalytic activity of the BaMoO₄ crystals. *Eclética Química*, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, v. 47, n. 1, p. 80–89, 2022. DOI: 10.26850/1678-4618eqj.v47.1SI.2022.p80-89.
- [62] HAN, R.; ZHANG, X.; LIU, M.; GAO, X.; WANG, S.; LU, Q.; GUO, E.; SI, C.; CHEN, S.; WEI, M. et al. Combination of theory and experiment achieving one-dimensional MWO₄ (M= Zn, Ni, and Cu) photocatalysts with broad-spectrum degradation. *Separation and Purification Technology*, Elsevier, v. 324, p. 124604, 2023. DOI: 10.1016/j.seppur.2023.124604.
- [63] LI, J.; XIAO, C.; WANG, K.; LI, Y.; ZHANG, G. Enhanced generation of reactive oxygen species under visible light irradiation by adjusting the exposed facet of FeWO₄ nanosheets to activate oxalic acid for organic pollutant removal and Cr (VI) reduction. *Environmental Science & Technology*, ACS Publications, v. 53, n. 18, p. 11023–11030, 2019. DOI: 10.1021/acs.est.9b00641.
- [64] XU, H.-Y.; ZHANG, S.-Q.; WANG, Y.-F.; XU, Y.; DONG, L.-M.; KOMARNENI, S. New insights into the photocatalytic mechanism of pristine ZnO nanocrystals:

- From experiments to DFT calculations. *Applied Surface Science*, Elsevier, v. 614, p. 156225, 2023. DOI: 10.1016/j.apsusc.2022.156225.
- [65] OLIVEIRA, M. C. de; LONGO, E.; RIBEIRO, R. A.; LEMOS, S. C.; ANDRES, J.; GRACIA, L. First-principles study on the stability, electronic structure, and band alignment of AgNbO₃ surfaces: Understanding the adsorption process of H₂O and O₂. *Computational Materials Science*, Elsevier, v. 246, p. 113398, 2025. DOI: 10.1016/j.commatsci.2024.113398.
- [66] ANDRADE NETO, N. F.; OLIVEIRA, M. C.; NASCIMENTO, J. H. O.; LONGO, E.; RIBEIRO, R. A. P.; BOMIO, M. R. D.; MOTTA, F. V. Effect of the Cross-Section Morphology in the Antimicrobial Properties of α -Ag₂WO₄ Rods: An Experimental and Theoretical Study. *Applied Nano*, v. 4, n. 3, p. 213–225, 2023. DOI: 10.3390/ap-nano4030012.
- [67] LIPSKY, F.; LACERDA, L. H. d. S.; GRACIA, L.; FOSCHIANI, B. G.; ASSIS, M.; OLIVA, M.; LONGO, E.; ANDRÉS, J.; SAN-MIGUEL, M. A. A Tale of Reactive Oxygen Species on the Ag₃PO₄(110) Surface. *The Journal of Physical Chemistry C*, v. 127, n. 48, p. 23235–23245, 2023. DOI: 10.1021/acs.jpcc.3c06321.
- [68] ASSIS, M.; DE FOGGI, C. C.; TEODORO, V.; DE CAMPOS DA COSTA, J. P.; SILVA, C. E.; ROBELDO, T. et al. Surface-dependent photocatalytic and biological activities of Ag₂CrO₄: Integration of experiment and simulation. *Applied Surface Science*, v. 545, p. 148964, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.148964>.
- [69] ALVAREZ-ROCA, R.; GOUVEIA, A. F.; FOGGI, C. C. de; LEMOS, P. S.; GRACIA, L.; SILVA, L. F. da; VERGANI, C. E.; SAN-MIGUEL, M.; LONGO, E.; ANDRÉS, J. Selective Synthesis of α -, β -, and γ -Ag₂WO₄ Polymorphs: Promising Platforms for Photocatalytic and Antibacterial Materials. *Inorganic Chemistry*, v. 60, n. 2, p. 1062–1079, 2021. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.0c03186.
- [70] MACEDO, N. G.; MACHADO, T. R.; ROCA, R. A.; ASSIS, M.; FOGGI, C. C.; PUERTO-BELDA, V. et al. Tailoring the Bactericidal Activity of Ag Nanoparticles/ α -Ag₂WO₄ Composite Induced by Electron Beam and Femtosecond Laser Irradiation: Integration of Experiment and Computational Modeling. *ACS Applied Bio Materials*, v. 2, n. 2, p. 824–837, 2019. DOI: 10.1021/acsabm.8b00673.
- [71] DORINI, T. T.; LIPSKY, F.; RODRIGUES-PINHEIRO, A.; ANDRÉS, J.; LONGO, E.; SAN-MIGUEL, M. A. Mapping and characterization of the surface structure and electronic properties of β -Ag₂MoO₄ from DFT thermodynamic calculations. *Surfaces and Interfaces*, v. 56, p. 105530, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.surfin.2024.105530>.
- [72] ROGAL, J.; REUTER, K. Ab initio atomistic thermodynamics for surfaces: A primer, 2006. <https://apps.dtic.mil/sti/html/tr/ADA476575/>.

- [73] KRESSE, G.; FURTHMÜLLER, J. Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set. *Phys. Rev. B*, American Physical Society, v. 54, p. 11169–11186, 16 1996. DOI: 10.1103/PhysRevB.54.11169.
- [74] KRESSE, G.; FURTHMÜLLER, J. Efficiency of ab-initio total energy calculations for metals and semiconductors using a plane-wave basis set. *Computational Materials Science*, v. 6, n. 1, p. 15–50, 1996. ISSN 0927-0256. DOI: 10.1016/0927-0256(96)00008-0.
- [75] PERDEW, J. P.; BURKE, K.; ERNZERHOF, M. Generalized Gradient Approximation Made Simple. *Phys. Rev. Lett.*, American Physical Society, v. 77, p. 3865–3868, 18 1996. DOI: 10.1103/PhysRevLett.77.3865.
- [76] DORINI, T.; SAN-MIGUEL, M. Accelerating rational design of oxide surfaces: The PS-TEROS workflow for automated surface stability analysis. *Applied Surface Science*, Elsevier, p. 164350, 2025. DOI: 10.1016/j.apsusc.2025.164350.
- [77] HINUMA, Y.; PIZZI, G.; KUMAGAI, Y.; OBA, F.; TANAKA, I. Band structure diagram paths based on crystallography. v. 128, p. 140–184, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2016.10.015>.
- [78] TOGO, A.; SHINOHARA, K.; TANAKA, I. Spglib: a software library for crystal symmetry search. *Science and Technology of Advanced Materials: Methods*, Taylor & Francis, v. 4, n. 1, p. 2384822, 2024. DOI: 10.1080/27660400.2024.2384822.
- [79] HAUS, J. W. 11 - Nanophotonic devices. In: FUNDAMENTALS and Applications of Nanophotonics. [S.l.]: Woodhead Publishing, 2016. P. 341–395. DOI: 10.1016/B978-1-78242-464-2.00011-7.
- [80] BADER, R. F. W.; NGUYEN-DANG, T. T. Quantum Theory of Atoms in Molecules–Dalton Revisited. In: [s.l.]: Academic Press, 1981. v. 14. (Advances in Quantum Chemistry). P. 63–124. DOI: 10.1016/S0065-3276(08)60326-3.
- [81] JÓNSSON, H.; MILLS, G.; JACOBSEN, K. W. Nudged elastic band method for finding minimum energy paths of transitions. In: CLASSICAL and Quantum Dynamics in Condensed Phase Simulations. [S.l.: s.n.], 1998. P. 385–404. DOI: 10.1142/9789812839664_0016.
- [82] ZHANG, Y.; YANG, W. Comment on “Generalized gradient approximation made simple”. *Physical Review Letters*, APS, v. 80, n. 4, p. 890, 1998. DOI: 10.1103/PhysRevLett.80.890.
- [83] PERDEW, J. P.; RUZSINSZKY, A.; CSONKA, G. I.; VYDROV, O. A.; SCUSERIA, G. E.; CONSTANTIN, L. A.; ZHOU, X.; BURKE, K. Restoring the density-gradient expansion for exchange in solids and surfaces. *Physical review letters*, APS, v. 100, n. 13, p. 136406, 2008. DOI: 10.1103/PhysRevLett.100.136406.

- [84] HAMMER, B.; HANSEN, L. B.; NØRSKOV, J. K. Improved adsorption energetics within density-functional theory using revised Perdew-Burke-Ernzerhof functionals. *Physical review B*, APS, v. 59, n. 11, p. 7413, 1999. DOI: 10.1103/PhysRevB.59.7413.
- [85] DELLIEN, I.; HALL, F.; HEPLER, L. G. Chromium, molybdenum, and tungsten: thermodynamic properties, chemical equilibria, and standard potentials. *Chemical Reviews*, ACS Publications, v. 76, n. 3, p. 283–310, 1976.
- [86] HOANG, K.; OH, M.; CHOI, Y. Electronic structure, polaron formation, and functional properties in transition-metal tungstates. *RSC advances*, Royal Society of Chemistry, v. 8, n. 8, p. 4191–4196, 2018. DOI: 10.1039/C7RA13436C.
- [87] ZHANG, X.; ZHANG, B. Effect of Pressure on the Structural, Mechanical, and Electronic Properties of Monoclinic ZnWO₄. *Russian Journal of Physical Chemistry B*, Springer, v. 17, n. 5, p. 1049–1056, 2023. DOI: 10.1134/S1990793123050135.
- [88] DKHILALLI, F.; BORCHANI, S. M.; RASHEED, M.; BARILLE, R.; GUIDARA, K.; MEGDICHE, M. Structural, dielectric, and optical properties of the zinc tungstate ZnWO₄ compound. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, Springer, v. 29, n. 8, p. 6297–6307, 2018. DOI: 10.1007/s10854-018-8609-z.
- [89] YAN, W.; LIU, X.; HOU, S.; WANG, X. Study on micro-nanocrystalline structure control and performance of ZnWO₄ photocatalysts. *Catalysis Science & Technology*, Royal Society of Chemistry, v. 9, n. 5, p. 1141–1153, 2019. DOI: 10.1039/C8CY02343C.
- [90] REUTER, K.; STAMPF, C.; SCHEFFLER, M. Ab initio atomistic thermodynamics and statistical mechanics of surface properties and functions. In: *HANDBOOK of Materials Modeling: Methods*. [S.l.]: Springer, 2005. P. 149–194.
- [91] PEREIRA, P.; GOUVEIA, A. F.; ASSIS, M. d.; DE OLIVEIRA, R.; PINATTI, I. M.; PENHA, M.; GONÇALVES, R.; GRACIA, L.; ANDRES, J.; LONGO, E. ZnWO₄ nanocrystals: synthesis, morphology, photoluminescence and photocatalytic properties. *Physical Chemistry Chemical Physics*, Royal Society of Chemistry, v. 20, n. 3, p. 1923–1937, 2018. DOI: 10.1039/C7CP07354B.