网布采购入门与进阶：布种、网眼、门幅与克重

给刚入门的制衣厂采购同事，也给已经会看门幅、克重，还要认经编、纬编和提花网的同事。按工厂挂卡和公开报价的习惯整理，方便培训、随手查阅和打印。这不是一项国家标准的原文。

- 编号：PUR-MESH-001
- 版本：1.3
- 日期：2026-11-02
- 配套：同目录 PDF，便于下载和打印
- 上一篇：蕾丝采购入门（花宽、花高、波牙与挂卡）

先记住四句话

- 先问这匹布是单层经编网、网纱、纬编网眼，还是三明治。四套口径不要写在同一张物料单上。「六角」「强力网」只说明孔形或手感。
- 门幅是整匹有多宽，孔距是一个孔有多大，40D 是纱有多粗。三个数各写各的栏。
- 大货办的克重写 g/m²，并写明是干燥重量、调湿重量还是公定重量，以及这个克重对应哪一个门幅。报价是公斤、米还是码，先换到同一门幅再比。
- 氨纶比例、定型后的有效门幅、孔距的量法，比布种俗名更能决定这匹布能不能做这件衣服。

一、布种：先分清四套口径

网布是表面有孔的针织布。孔是织的时候留出来的，不是后道冲出来的。采购口头里的「网布」，会碰到四种货。先问清是哪一种，再记数。

你拿到的货	结构	挂卡上先写什么	不要把它当成
单层经编网	拉舍尔或特里科，沿布长成圈，布边不易脱散	机型、成分、门幅、克重、孔形和孔距	网纱，或三明治
网纱	仍是经编，更轻、更透，手感可以软，也可以脆	同上，并写软网还是硬网、是不是宽幅	普通时装网。罩层和绣花底对勾丝更敏感
纬编网眼	圆机织的鸟眼、珠地网眼等，弹性往往更大	是圆筒还是剖幅，门幅是哪一种	经编。尺寸没有经编稳
三明治	双针床间隔布，两层布中间用丝撑开，有厚度	厚度、上下两层各自的孔、中间是不是单丝	单层网。福建省的经编网眼地方标准把间隔织物排除在外

第三列里的机型和厚度，开发办要留。成衣物料单至少要让人分得清这四行，不能只写「网布」。

俗名叠在这四类上面，不代替它们。

口头说法	通常是什么	还要追问的
六角网、菱形网、方格网、大小眼	孔的形状。经编里最常见	孔大还是孔小，单线还是双线
美国网、软网纱	细、软的网纱，多用于婚纱和童装罩层	克重、光泽、洗后还硬不硬
强力网	加了氨纶、要回弹的经编网，塑身和运动紧身常用	特里科还是拉舍尔，氨纶百分之几，克重
现货网布	仓库里有货，不是一种组织	货号、颜色、缸，以后还能不能复到同一货

「现货」和「定染」写在供应栏。起订、交期、能不能复色都不一样。

拿到办，先归进四套里的一套，再把俗名写进孔形或手感栏。

1. 捏布边，看有没有厚度。剪口上是两层布，中间有丝撑着，能量出毫米厚度，就是三明治。表面的孔即使是六边形，也写「三明治，孔形六角」。
2. 只有一层时，先分经编还是纬编。经编的纱沿布长成圈，纬编的纱沿布宽成圈。布边不易卷、剪开后不容易一路脱散，是经编。布边爱卷、能抽出一横列纱、鸟眼或珠地那种，是纬编网眼。手里怎么看，见第三节。纬编再问：门幅是圆筒摊平的宽度，还是剖开后的单层。
3. 经编再按轻重分成两行。又轻又透、用来做罩层、头纱、绣花底的，写网纱。有布身、自己能做衣服面料或里布的，写单层经编网。两边都是经编，差在克重、透度和用途。

三个俗名这样落位。

口头说法	看哪里	落在哪一套	挂卡怎么写
六角	孔是不是六边形	单层经编网、网纱、三明治上都有	布种照上面三步，孔形栏写六角，并写单线或双线、孔大或孔小
美国网	孔细、手感软、垂、贴肤不刮	网纱里的软档，婚纱和童装罩层常用	布种写网纱，手感写软。硬的大孔六角写成六角网纱
强力网	拉开后回弹紧，孔通常较小、布身较实	单层经编网，多是锦氨，塑身和紧身用	布种写单层经编网，成分写氨纶比例，手感写回弹。轻薄、只有一点氨纶的罩纱写弹力网纱

同一块六角网可以走出三张物料单。大孔、一层、做运动或时装面料，是单层经编网。又轻又透、做裙罩，是网纱；其中又软又细的那一档，厂里才叫美国网。两层加中间丝、只是表面呈六角，是三明治。有氨纶、回弹紧、用来束身的，才叫强力网。

二、外观：孔形、孔距、软硬


外观决定衣服透不透、对不对条、洗后还像不像办。克重相同，孔一大就更透。不要只用克重决定要不要配里布。

孔形按布上看到的写：方、圆、菱、六角、条、大小眼、提花。六角再写单线或双线。提花网眼把花型和孔分开写，花高沿卷长量一个循环，量法和蕾丝的花高一样，不写进孔距。怎么从一块办上认出经编提花网，见第三节。

孔距有两种量法，差一根纱的宽度：

- 孔内空距：孔里透光的那一段。
- 中心距：这一孔的中心到下一孔的中心。中心距 ≈ 孔内空距 + 纱的宽度。

六角还要分对边距（平的一边到对面）和对角距（角到角）。两个数不一样。挂卡写「孔距 3 mm」时，注明是孔内还是中心、对边还是对角。

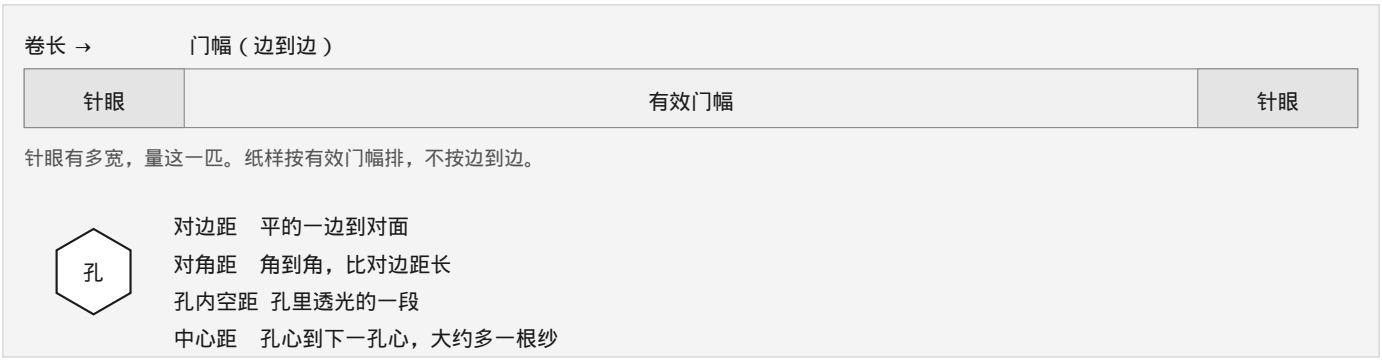

软硬写成软、中、硬，并写原因。硬可以来自单丝，也可以来自浆。加了浆的网，洗一次会软。手感办要写是洗前还是洗后。

再看四项，有就写，没有就写「无」：

- 光泽：有光、半光、消光。这是纱的光，不是后整的名字。
- 正反：两面不一样时，在布上画哪一面朝外。
- 条路：孔或纱有方向时画箭头。裁片要顺向。
- 透明度：对着深色和浅色各看一次。同一块网，底布颜色一变，成衣的透法就变。

目数（每英寸几个孔）是另一种密度说法，蚊帐和工业网更常用。服装挂卡优先写毫米。听到目数，问清是每英寸还是每厘米，再换算，不要和门幅写在一栏。

三、工艺：什么机器，定型改了什么

机器决定孔稳不稳、布边会不会散。采购不必背组织图，要能听出对方说的是哪一道。

经编和纬编怎么分

经编的纱沿布长成圈，纬编的纱沿布宽成圈。看一块办，先找纱是顺着布长走，还是横着布宽走。

看哪里	经编	纬编
纱的方向	很多根纱沿布长各自成圈，左右搭一下	一根纱沿布宽走完一整列，再接下一列
布边	较平，不容易卷成筒	单面布的布边爱卷
剪口	散出短纱头，不容易沿一个方向一路脱散	可以沿横列抽出一根纱，破口会顺着这一列延长
来料	开幅布，两边常有定型针眼	圆机织的多是圆筒，或剖开后有一条缝
网眼长什么样	六角、菱形、方格、网纱、强力网。孔是组织留出的空档	鸟眼、珠地网眼，像汗布上开了孔

手里做三步：

1 对着光看一列孔。纬编能顺着布宽跟上同一根纱。经编的纱主要顺着布长，左右只跨到旁边一两针。
2 剪一个小口，轻轻拉露出的纱头。纬编往往能抽出一横列。经编抽不长，旁边的圈还扣着。
3 看布卷。摊开是一个圆筒，或中间有一条剖缝，按纬编问门幅：这个宽度是筒摊平的宽度，还是剖开后的单层。两边有针眼、没有筒缝，按经编写边到边门幅和有效门幅。

挂卡上经编写拉舍尔或特里科，纬编写圆机，并写圆筒还是剖幅。鸟眼、珠地不要写成六角经编。六角、网纱、强力网、三明治都在经编这边。

经编提花网布怎么认

整片只有一种孔的，写六角或菱形。同一层布里既有密的花、又有疏的地网，花沿布长一排排重复，这是提花网。花和地网是同一套纱织出来的：密处是纱靠在一起，空处是纱让开。正反都能看出同一套孔。没有另外一根绣花线压在网上，也不是印出来的颜色。

新手按四步认：

1 捏布边。没有两层布和中间撑丝，就是单层，不是三明治。
2 看花是不是布自己织出来的。密处和空处是同一根纱的聚散，写提花。整片只有一种孔，写孔形，不写提花。
3 用上一小节的方法分经编还是纬编。对着光，纱主要顺着布长、左右只跨一两针，剪口抽不长，按经编写。能顺着布宽抽出一横列，按纬编写。
4 量一个循环，不量单朵花。找同一片花瓣的同一个尖，沿卷长量到下一朵完全相同的花，这是花高。横向量到下一朵，这是花宽。布上没有卷长箭头时，先标方向再量。

照片上看得到花和地网在同一层，还看不到布边。贾卡还是多梳，做完第 3 步再写。挂卡写「单层经编网，孔形提花」，再加上花高、花宽、门幅和克重。只写「提花网」三个字，复购时会和六角网、网纱混在一张物料单上。

一块灰纱办可以这样读：花朵和细地网是同一层，花沿一个方向一排排重复。布种先写单层经编网，孔形写提花。卷长没有在布上标出之前，花高先空着。

机器和后整再按下面这张表认。

工艺	布是怎么来的	采购要记住的
拉舍尔经编	梳栉多，适合六角、方格、网纱、贾卡网	服装网的大宗。孔稳，布边不易脱散
特里科经编	针更细，布面更平	强力网、内衣网很多在这里。仍是经编
纬编圆机	横向成圈，鸟眼、珠地网眼	弹性大。先问圆筒还是已经剖开
双针床	两层加中间丝，做成三明治	有厚度。模杯、鞋材、包用得多。不要当罩纱
染整	坯布、预定型、染色、成品定型	两道定型都会改门幅、克重和孔的形状
后整	软油、加浆、吸湿、防勾	加浆的硬手感过水会变。写明洗前还是洗后

机号（E 数）越大，针越密。E18 比 E32 稀。孔的大小还取决于组织和送纱，不能只凭机号判断孔距。机号留在开发办上，不写进成衣物料单。听到「这组网的针数不能改」，先问是孔距的毫米，还是机上的针数。

纱的形态写在工艺栏，不写进成分百分比：

- 低弹丝（DTY）：比较软，运动网常见。
- 有光长丝（FDY）：比较滑、比较亮，网纱常见。
- 单丝：一根丝，亮、滑，中间层和硬六角常用，也更容易被指甲勾住。

定型是大货跟不跟办的关键。拉宽，门幅变大，克重下降，孔被拉扁。未定型的开发办，门幅和克重可以先空着，不能拿来封大货。封样要锁住「这个克重对应这个门幅、这个孔距」。

白坯、染色、色织写清楚。现货常只有黑和白。定染按缸，缸与缸要对色。对色光源写 D65。屏幕上的颜色不算数。

四、成分：纱的名字不是布的克重

旦尼尔（D）是纱的粗细：9000 米这种纱重多少克。40D 表示 9000 米纱重 40 克。它不是这匹布的克重。40D 的纱，织密一点可以到 80–100 g/m²，织稀一点可以轻得多。

斜线后面的数字先问再抄。40D/12F 里的 12，通常是这一股纱里有几根丝。根数多，手感往往更软。这不是网眼有几个孔。报价页上的 40D/40T，第二个数可能是根数，可能是机号，也可能是厂里的布种代号。没有文字说明之前，不要自己翻译。

服装网常见的成分，按用途认，不按俗名认：

成分	手感和用途	采购注意
全涤	挺、好做色，运动网和网纱最多	公定回潮低，干燥重量和调湿重量很接近
全锦	更软、更耐磨，贴身和内衣多	公定回潮比涤高，两种克重会差一截
涤氨	时装弹力网。氨纶常见只有几个点到一成左右	比例差两个点，拉力和回复就能摸出来
锦氨	强力网、塑身。氨纶可以到一成至两成出头	比例和克重一起看。深色湿摩擦要单问
再生涤	声称回收料时	证书上的工厂、范围要和这张办的货号对得上

纤维含量的标识偏差按 GB/T 29862。氨纶比例用 FZ/T 01095 这一类方法送检，不凭手感估。贴身、里布、童装的安全项目（甲醛、pH、异味、可分解致癌芳香胺染料）按 GB 18401 里对应的类别。出口或童装若要 OEKO-TEX，看证书编号和覆盖范围，网页上的标志不算证书。

公定回潮用来把干燥重量换算成结算用的公定重量。它不是在标准湿空气里再称一次的调湿重量。两种称法和这个换算，见第六节。GB/T 9994 里涤纶 0.4%、锦纶 4.5%、氨纶 1.3%。全涤干燥 96 g/m²，公定重量约 96.4 g/m²。全锦干燥 140 g/m²，公定重量约 146 g/m²。混纺按干重比例加权。挂卡仍以实测为准，并写明是哪一种重量。

五、幅宽：门幅、有效门幅，和孔距分开

门幅、幅宽、布封，口头是同一个数：布的一边到另一边，单位用厘米。有效门幅（可裁门幅）还要扣掉两边定型针眼和不能裁的边。针眼有多宽，量这一匹，不套一个固定的扣减值。

```
假设边到边 155 cm，每边针眼 2 cm（2 cm 是假设，要量实物）
有效门幅 = 155 − 2 − 2 = 151 cm
纸样若按 155 cm 排，最外一截会吃进针眼。
```

服装用的单层经编网，成品门幅常见落在 150–165 cm。这是报价页上反复出现的宽度，不是标准规定的唯一宽度。婚纱裙摆用的宽幅网纱可以远宽于这个范围，为的是少接一条缝。宽幅和窄幅的克重、孔距要单独封样，不能看成同一货号拉宽了一点。

弹力网写松弛门幅。从布卷上放开，平铺，让布自己回缩再量。拉着量，门幅偏大，克重偏小，排料会不够。同一卷的头、中、尾各量一次。定型不稳定时，头尾可以差出 2 cm 以上。差过 2 cm 先停下问定型。这是车间里的起谈习惯，不是某项标准写下的限值。

纬编要多问一句：这 150 cm 是圆筒摊平的宽度，还是剖开之后的单层门幅。两个数大约差一倍。写成同一个数，裁床不是宽了一倍，就是窄了一半。

孔距用毫米，门幅用厘米。一张卡上同时出现「3」和「155」时，对得上单位再归档。

办卡上还会把英寸门幅和克重写成一个数，例如 `60*85g/m2`。星号是分隔符，`g/m2` 只套在 85 上：60 是 60 英寸门幅（约 152 cm），85 是 85 g/m²。60 没有单位时，先按英寸读，再让供应商把「英寸」或「厘米」写上。读法见第八节那张送办卡。

六、克重：什么时候写，公斤价怎么换

大货办、送客确认办、用来核价的办，要写克重。只用来对色、对孔的小办，可以不在每一张色卡上写，但整支货的品质单里要有这个数。孔距管透和和对条，克重管用纱、手感和公斤价。

办的用途	克重
大货办、送客办、品质办、核价办	要写，进货时拿来比对。注明干燥还是调湿，以及对应门幅
同一品质的多色色卡	色卡上可以不逐张写，品质抬头写一次
还没定型的开发小办	可以先空着。定型染色后再补。后整会改变克重

针织网布的平方米干燥重量，方法用 FZ/T 70010。工厂口头和报价单常写 GB/T 4669 或 ISO 3801。这两项标准的原文对象是机织物。写进合同前，改成 FZ/T 70010，或写明双方约定的取样和调湿状态。

为什么要分干燥和调湿

纤维会吸湿，也会把水放回去。同一平方米的布，梅雨天称得重，烘干后称得轻。不写明称的时候布里有多少水，两个实验室可以给同一匹布两个克重。

这是贸易和检测里的正式做法。日常挂卡往往只写一个数，是因为车间称重把状态省掉了。

毛、丝在潮湿运输后会变重。按过磅重量付款，付的有一部分是水。贸易里因此把样品烘干，再按一个双方承认的回潮比例把水加回去，得到用来结算的公定重量。这个比例不跟当天天气走。中国现在把各类纤维的这个比例写在 GB/T 9994 里，叫公定回潮率。涤纶 0.4%，锦纶 4.5%，氨纶 1.3%，棉 8.5%，粘胶 13%。以这张表的现行版本为准。

试验还要让不同城市的克重、强力、缩率能够对照，所以规定先把布放进同一间标准大气再称。GB/T 6529 的标准大气是 20°C、相对湿度 65%。这时称到的是调湿重量。烘箱把水烘干的方法见 GB/T 9995。

一张克重单上会碰到三个数，车间里还有第四种称法。

名称	怎么来的	用在哪里
干燥重量	烘到恒重再称。针织布的平方米干燥重量用 FZ/T 70010	跨季节、对检测报告。DB35/T 1503-2015 写的是这个数
调湿重量	在 20°C、相对湿度 65% 里放到平衡再称	标准实验室里的手感，以及成衣在受控环境下的克重
公定重量	干燥重量 ×（1 + 公定回潮率）。不用再放进湿空气	按公斤结算。和调湿重量接近，不是再称一次
车间称重	下机或在仓库里直接剪一块来称	挂卡上最常见。随当天湿度和有没有放平而变，不拿去对报告

混纺的公定回潮率，按各纤维的干重比例加权。全涤干燥 96 g/m²，公定重量约 96.4 g/m²，差不到 1 克。全锦干燥 140 g/m²，公定重量约 146 g/m²，差大约 6 克。90% 锦纶加 10% 氨纶，公定回潮率约 0.9 × 4.5% + 0.1 × 1.3% = 4.2%。若 85 g/m² 是干燥重量，公定重量约 85 × 1.042 = 88.6 g/m²，差大约 4 克。这是按 GB/T 9994 估算，不是某一块办的实测。

用的时候按场景锁一个数：

- 封样和品质协议写明用哪一个。大货进仓用同一种方法称。
- 按公斤买、要折出米率时，用干燥重量或公定重量。布受潮后每公斤的米数变少，按当天湿重折算，买到的有一部分是水。
- 锦纶网、强力网、棉、粘胶、羊毛，两个克重能差出几克到十几克。涤纶网差不到 1 克，方法仍要写上，避免两份报告为 1 克起争议。
- 手感、透不透，看调湿重量。跨实验室比对，看干燥重量。
- 只对色的色办可以不逐张称。整支货的品质抬头仍要有一个写明状态的克重。

福建省地方标准 DB35/T 1503-2015 规定了化纤长丝经编网眼织物的通用要求，并把经编网眼间隔织物排除在外。它不是国家标准。规格写法是：平方米干燥质量（g/m²）× 幅宽（cm）。服装用那一表里，已经看全的几格是：平方米干燥重量偏差 ±10%，顶破强力不低于 150 N（表上有脚注），起毛起球不低于 4 级，水洗尺寸变化率的直向是 −5.0% ~ +5.0%（表上有脚注）。横向和其他色牢度格子，以标准全文为准，这里不转抄没有看全的数。安全项目按 GB

18401，纤维含量偏差按 GB/T 29862。

±10% 对薄网和厚网不是同一种手感。20 g/m² 的 ±10% 只有 ±2 g，200 g/m² 的 ±10% 有 ±20 g。薄网纱、强力网可以按克数另谈，例如薄网按 ±3 g/m² 或 ±5 g/m² 起谈。最终以双方封样和合同为准。

全幅网布的挂卡以 g/m² 为主。按公斤买时，用门幅换出每一米多重、每公斤出多少米。设成品门幅为 W 米。

- g/m = g/m² × W
- g/m² = g/m ÷ W
- 出米率 m/kg = 1000 ÷ g/m

出米率用整幅，针眼也在你买下的布里面。有效门幅只用于排料，不用于把公斤价换成米价。

下面用一页公开标称来演示，不是我们称过的布。全球纺织网货号 E8620 写的是 100% 涤纶、门幅 155 cm、96 g/m²。公斤价取 40 元，只为了能口算，不是那一页的标价，也不是今天的成交价。

算法	计算	结果
每一米多重	96 × 1.55	148.8 g/m
每公斤出多少米	1000 ÷ 148.8	6.72 m/kg
每一米的布价	0.1488 × 40	5.95 元/米
一件用 1.20 米	1.20 × 5.95	7.14 元，尚未加裁耗

单位空着的时候，不要填进克重栏。仍用门幅 1.50 m，把「80」分别当成两种单位：

假设对方写的	计算	结果
80 g/m²	80 × 1.50	120 g/m，约 8.33 m/kg
80 g/m	80 ÷ 1.50	53.3 g/m²

同一门幅下，把 g/m 当成 g/m²，每米重量会差上门幅的米数倍。1.50 m 就是 1.5 倍。按码报价时，先问这一码是 0.9144 米还是厂里的「码」，再乘回去，不要和 g/m² 写进同一格。

七、挂卡上写什么

一卡一货号、一色、一缸。布样粘在表格下方，卷长方向画箭头。孔距的起止点画在布上。不要把孔距填进门幅，也不要把 40D 填进克重。

每张卡都要有：供应商、货号、办类和办次、日期、终客、色名、色号、布种（四类里的哪一类）、成分、门幅、有效门幅、克重。终客写品牌，不写业务员的昵称。色号整段书写，不要折成两行。

大货送客办再加：缸号、纱支（旦尼尔和根数，代号要有文字；根数不是网眼个数）、机型、孔形、孔距和量法、软硬及是否过水、光泽、正反和条路、弹力方向和回复、后整、干燥还是调湿、公差、对色光源（常用 D65）、出米率、厂方和客户签字。三明治加厚度，并写上下两层。纬编加圆筒还是剖幅。

封样前可以原句交给供应商：

> 布种请注明是单层经编网、网纱、纬编网眼还是三明治。俗名请另写孔形或手感，不要代替布种。提花网请给花高和花宽，并在布样上标出卷长和花高起止。克重请给松弛状态下的 g/m²，并注明是干燥重量（FZ/T 70010）、调湿重量（GB/T 6529）还是公定重量（GB/T 9994）；同时给出对应的成品门幅和有效门幅。门幅若写成 60*85g/m2 这种连写，请注明 60 是英寸还是厘米。孔距请注明是孔内空距还是中心距，六角请注明对边还是对角。纱支请写明旦尼尔和根数，根数不是网眼的个数；代号里的第二个数字请用文字说明。大货跟此办，须有厂方和客户签字。

空白挂卡见文末附录，PDF 里可直接打印。

八、拿公开报价页来读

下面两页是公开报价，不是封样卡，也不是某一缸的大货办。用来练习「页上有什么、还缺什么」。今天若要下单，重新打办、重新封样。网页上的单价会过期，不抄进规格。

全涤经编网，货号 E8620

全球纺织网一页现货。品名写涤纶网布，编织方式写经编、染色，用途写女装。

栏位	页上的字	怎么理解
货号	E8620	复购先对这个号，再对缸
成分	涤纶，另一处写 100% 涤纶	没有氨纶。弹力不要按强力网去估
门幅	155 cm	边到边。有效门幅没有
克重	96 g/m²	一个点，不是区间。没写干燥还是调湿
颜色	黑、白	像现货色。定染能不能复到这个黑，页上没有
孔、纱、后整	空	六角还是方格、40D 还是更粗、有光还是消光，都不知道

按第六节的算法，155 cm、96 g/m² 对应 148.8 g/m，约 6.72 m/kg。这是用页上的标称算的，不是称重。

读完还要补问：孔形和孔距（含量法）、纱支、有光还是消光、有效门幅、克重是干燥还是调湿、公差、缩率、头中尾门幅、这一缸今天是否还在。

涤氨弹力网，货号 T0P0195

纺织网一页。别名写 40D/40T 弹力网布，经编、染色，用途写服装用布。

栏位	页上的字	怎么理解
货号	T0P0195	复购用货号。40D/40T 是纱或代号，不是货号
成分	95% 涤纶 + 5% 氨纶	有弹力。方向和回复没有
纱支	40D/40T	40D 是纱的粗细，不是 40 g/m²。40T 没有文字说明
门幅	150 cm	没写是松弛还是拉着量的
克重	80–100 g/m²	这是区间。区间不能封样，要一个实测点
孔、后整、出米率	空	5% 氨纶的网，定型一拉，孔和克重都会动

40D 和 80–100 g/m² 出现在同一页，正好说明纱的旦尼尔和布的克重不是一个数。

读完还要补问：40T 是根数、机号还是布种代号；80–100 里封哪一个点；松弛门幅；直向和横向的伸长与回复；孔形和孔距；洗后克重还在不在这个区间里。

顺手看一个单位写歧义的例子

一页「双层六角三明治」写全涤、门幅 150 cm，克重栏的原文是「325克g/m」。g/m 和 g/m² 叠在一起。在 1.50 m 门幅下，两种理解差 1.5 倍：

若原文是指	换算	另一单位
325 g/m²	325 × 1.50	487.5 g/m，约 2.05 m/kg
325 g/m	325 ÷ 1.50	216.7 g/m²，约 3.08 m/kg

三明治本身还有厚度，不和 E8620 那种单层网比「谁更厚实」。这一页只说明：单位写不清，公斤价就没法比。间隔织物也不要拿 DB35/T 1503-2015 的服装用网眼指标去套。

强力网是另一类手感。公开页上能看到锦氨、氨纶大约一成到两成、克重从一百四十多到三百多 g/m²、门幅大约 150–165 cm 的货。那些页同样常常不写孔距。这里不把某一家的货号写成推荐。

一张送办卡上的 60*85g/m²

下面是一张网布送办卡的品名行，用来练习连写的门幅和克重。卡上勾的是 for color approval only，只对色。它不是封样，也不是这一缸的称重记录。今天若要大货跟这张卡，重新封克重和门幅。

栏位	卡上的字	怎么理解
描述	Main Fabric: FN822/81-30C #10%Spandex+90%Nylon 60*85g/m2	货号 FN822/81-30C。成分是 90% 锦纶、10% 氨纶
60*85g/m2	连写在成分后面	按办卡习惯：60 英寸门幅，85 g/m²。星号是分隔，单位只套在 85 上
颜色 / 缸号	摩卡色；缸号 81103074	这一缸的摩卡。供应商色号 YHB304097-2C
办类	for color approval only	只对色。85 是品名里的标称，不是烘干或调湿后的实测
内部号	Our ref PM118-1091ABC；P/O M-B032018110212	当时那张单的款号和订单。复购先对货号和缸

60 英寸 = 1.524 m。用卡上的标称做换算，不是称过这块办：

算法	计算	结果
每一米多重	85 × 1.524	129.5 g/m，约 130 g/m
每公斤出多少米	1000 ÷ 129.5	7.72 m/kg

若把 60 读成 60 cm，每一米只有 85 × 0.60 = 51 克，主布会窄得不像一身衣的面料。这张卡因此按 60 英寸读。封样前仍让供应商把单位写上。若他们想写的是克重区间，应写成 60–85 g/m²，并指定封哪一个点。

这块是锦氨网。若 85 g/m² 是干燥重量，按第六节的公定回潮约 4.2% 估算，公定重量约 88.6 g/m²。差大约 4 克。卡上没有写是哪一种重量。

九、这些数用在哪一步

步骤	用哪个数	怎么用
认货、开物料单	四类布种	单层经编网、网纱、纬编网眼、三明治分开。「六角」只写在孔形栏
纸样	有效门幅、弹力方向	按松弛后的有效门幅。有氨纶时，纸样放量和布的拉力方向一致

排料、对孔	有效门幅、孔距、条路	大孔要对齐时，长度按孔距的整数倍留。网布滑，层数比平布少
透不透、配不配里	孔距加实布，不只是克重	同样 80 g/m²，孔大就更透。里布用成衣样看
车缝	孔距、脱散、弹力	孔大时包边，或用密针。强力网用弹力线和弹力缝。三明治按厚度调压脚
模杯、肩带	厚度、成分、克重	用间隔布，并写厚度。单层网纱不要拿去烫模杯
核价	克重、整幅门幅、出米率	公斤价先用干燥重量或公定重量换成 g/m。车间湿重不拿来折出米率
大货进仓	缸号、封样、头中尾	对门幅、克重、孔距。定型变了，孔会被拉扁

举一个对孔的算法。下摆弧长 70 cm，孔的中心距 8 mm，也就是 0.8 cm。70 ÷ 0.8 = 87.5 个孔，不是整数，接头会落在孔的半边上。要么改弧长，要么接受接头不在孔心，并在工艺单里写明。

再举排料。边到边 155 cm，若每边针眼是 2 cm，有效门幅 151 cm。这个 2 cm 是假设，下料前量实物。纸样按 155 cm 排到边，最外一层是针眼，不是衣服。

网布的损耗常常不是磨破，而是勾丝和脱散。开口很大的网，不要只看马丁代尔耐磨。品质单上更有用的是顶破（GB/T 19976 钢球法）和勾丝。勾丝做到哪一级，写进合同，这里不补一个没有约定的级数。泳装再加耐氯化水。深色锦氨的湿摩擦单独看。

十、新同事收办时的核对

- 这是单层经编网、网纱、纬编网眼，还是三明治？四套口径没有混在一张卡上。六角写在孔形栏，美国网写在网纱的手感栏，强力网写在单层经编网的回弹栏。
- 门幅、有效门幅、孔距分成三栏。孔距写了孔内还是中心、对边还是对角。40D 没有填进克重。`60*85g/m2` 这种连写，已经拆成英寸或厘米，以及 g/m²。
- 经编还是纬编已经在布上看过：纱沿布长走，还是沿布宽走；剪口能不能抽出一横列。纬编写了圆筒还是剖幅。弹力网的门幅是松弛尺寸。头、中、尾量过。
- 有花又有地网的，布种仍是四类之一，孔形写提花，花高和花宽另有数字，起止点画在布上。只写「提花网」的，退回去补布种。
- 大货送客办上，成分和氨纶比例、克重（干燥、调湿或公定，三选一）、对应门幅、纱支说明、后整、公差、对色光源、双方签字都在。只对色的办可以不称，品质抬头仍有这个数。
- 克重是一个实测点，不是 80–100 这样的区间。单位是 g/m²。公斤价已经用整幅换算出米率。
- 加浆的硬网写了洗前还是洗后。有条路的布，箭头画在布样上。
- 色号是整段的。终客是品牌。办的日期还能不能代表现在的大货，已经问过。
- 贴身、里布、童装的安全项目按 GB 18401。再生料和 OEKO-TEX 要证书编号，不看网页标志。

尺寸和重量可以怎样起谈：服装用经编网眼，若双方约定引用 DB35/T 1503-2015，干燥重量偏差从 ±10% 谈起，再按布的厚薄决定要不要改成克数。门幅先量头中尾，差过 2 cm 就问定型。孔距以封样布上画的孔为准。这些都不是把目录图片上的比例当成规格。

附录 空白挂卡栏位

供应商		品名 Item No.	
办类 / 办次	开发办 / 色办 / 大货办 / 船头办，第几次	日期	
订单号		批次 / 缸号	
终客（品牌）		对色光源	D65
色名		色号	整段书写
布种	单层经编网 / 网纱 / 纬编网眼 / 三明治	机型	拉舍尔 / 特里科 / 圆机 / 双针床
成分	百分比；氨纶单列	纱支	D 和根数；代号用文字说明
孔形	方 / 圆 / 菱 / 六角 / 条 / 提花	孔距 mm	孔内或中心；对边或对角
花高 cm	提花沿卷长一个循环；布上标起止	花宽 cm	提花横向一个循环；无花划掉
软硬	软 / 中 / 硬；洗前或洗后	光泽	有光 / 半光 / 消光
正反 / 条路	布上画箭头	弹力	无 / 直 / 横 / 四向；回复
圆筒或剖幅	只用于纬编	厚度 mm	只用于三明治
门幅 cm	边到边；松弛	有效门幅 cm	扣除针眼
克重 g/m²	干燥、调湿或公定；对应门幅	克重 g/m	用整幅换算
出米率 m/kg	按公斤买时填	后整	软油 / 浆 / 吸湿 / 防勾
公差	门幅、孔距、克重分开	确认	厂方、客户、大货是否跟此办

布样粘在表下方。用笔标出卷长方向，并在布上标出孔距的两个起止点。提花布再标出花高的两个起止点。

资料来源：工厂挂卡习惯；一张只对色的网布送办卡（FN822/81-30C，90% 锦纶 + 10% 氨纶，品名行写 60*85g/m2，摩卡色，缸号 81103074）；全球纺织网货号 E8620 的公开标称（100% 涤纶、155 cm、96 g/m²）；纺织网货号 T0P0195 的公开标称（95% 涤纶 + 5% 氨纶、40D/40T、150 cm、80–100 g/m²）；一页「双层六角三明治」把克重写成「325克g/m」。干燥重量的方法采用 FZ/T 70010，烘箱法见 GB/T 9995，调湿用标准大气见 GB/T 6529，公定回潮见 GB/T 9994。GB/T 4669、ISO 3801 的原文对象是机织物。DB35/T 1503-2015 是福建省地方标准，本文只引用已经看全的服装用条款，间隔织物不在该标准里。纤维含量标识见 GB/T 29862，安全项目见 GB 18401。一块灰纱办用来说明经编提花网的认法：花和地网在同一层，照片上没有布边，花高要等卷长标出再量。文中的 40 元/公斤、每边 2 cm 针眼、70 cm 弧长、8 mm 孔距，以及由 85 g/m² 估算的公定重量，只用于演示。