

Descripteurs ICOHP et stabilité thermodynamique sur un jeu de 597 structures

Campagne 2 : construction du jeu de données, calcul VASP+LOBSTER, et
analyse statistique

Gilles Frapper
Professeur des Universités, Chimie Théorique
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers
gilles.frapper@univ-poitiers.fr

Rapport généré dans le cadre du projet `viability`

16 août 2026

La question centrale du projet est la discrimination de viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$ (§6.4), sur un jeu de 394 structures.

Table des matières

1	Objectif et problématique	3
2	Méthodologie	3
2.1	Sélection du jeu de données	3
2.2	Classification du type de liaison	3
2.3	Calcul VASP + LOBSTER	3
2.4	Grandeurs ICOHP/ICOBI : intégration, coupures, unités	3
2.5	Statistiques	4
3	Organigramme du workflow	5
4	Environnement	5
5	Jeu de données	5
6	Résultats	6
6.1	Corrélations (Spearman) — agrégats ICOHP classiques	6
6.2	Population antiliante près du niveau de Fermi	7
6.3	ICOHP de réaction	7
6.4	Discrimination de viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$	8
7	Incidents résolus	11
8	Coût de calcul	12
9	Limites et perspectives actuelles	12
10	Conclusion	13

A	Liste des composés et éléments	14
A.1	Métalliques	14
A.2	Ioniques	18
A.3	Covalents	20
A.4	Mixtes (type Zintl)	21
A.5	Non classifiés	22
B	Paramètres de calcul VASP	22
C	Potentiels PAW-PBE	23
D	Grille de points k et NBANDS par composé	24
E	Éléments et allotropes	28
F	Polymorphes et allotropes	29
G	Composés cibles	32
H	Réactions endobondic	33
I	Réactions exobondic	34
J	Descripteurs antiliants ICOHP et ICOBI	36
J.1	Implémentation	36
J.2	Corrélation à l'énergie de formation	37
J.3	Δ (antiliant) de la réaction de décomposition en éléments	38
J.4	Stratification par type de liaison	38
J.5	Δ (ICOHP) de réaction restreint à une fenêtre proche de E_F	39
K	Structures des réactions de Reitz & Dronskowski	39
L	Percolation	42
L.1	Objectif d'origine (mission #1)	42
L.2	Organigramme du workflow d'origine	43
L.3	Jeu de données de la campagne 2 (186 composés)	43
L.4	Résultats (avec le poids de percolation)	44
L.5	Mission #3 : dimensionnalité du réseau et coupe minimale périodique	45
L.6	Limites spécifiques au poids de percolation	47
L.7	Conclusion de la campagne d'origine	47
L.8	Liste des composés (poids de percolation)	47

1 Objectif et problématique

Question de recherche centrale (voir §6.4) : le $\Delta(\text{ICOHP})$ — descripteur ICOHP de réaction pour la décomposition d'un composé en éléments, et en particulier la classification endobondic/exobondic fondée sur son signe — distingue-t-il les composés thermodynamiquement stables, métastables et instables ?

2 Méthodologie

2.1 Sélection du jeu de données

Requête Materials Project : systèmes chimiques unaires et binaires, non magnétiques ($|\text{aimantation totale}| \leq 0.01 \mu_B/\text{unité formulaire}$ — le champ catégoriel `magnetic_ordering` de MP est « Unknown » pour $\sim 98\%$ des entrées et aurait exclu la quasi-totalité des composés réellement non magnétiques), sans éléments f. Le jeu de données combine deux logiques de sélection complémentaires : un premier ensemble de 186 composés (≤ 20 atomes/maille, 60 par famille de stabilité, plafond de 2 entrées par système chimique pour garantir une diversité élémentaire plutôt qu'une accumulation de polymorphes d'un même système), et un second ensemble de 163 composés/éléments (≤ 40 atomes/maille) ciblant spécifiquement des références élémentaires supplémentaires, des polymorphes hors équilibre (haute pression, allotropes) et des binaires alcalins/ alcalino-terreux contre N/O/F/P/S/Cl, choisis pour construire de vrais groupes de polymorphes de même composition et tester les descripteurs loin de l'équilibre ; et un troisième ensemble de 45 composés binaires, appariant un composé expérimental métastable à la distance maximale au-dessus du hull convexe à 1–3 polymorphes théoriques encore plus éloignés du hull pour la même formule, un test de robustesse délibérément aux cas limites de stabilité.

2.2 Classification du type de liaison

Le type de liaison (ionique / covalent / métallique) est calculé par défaut par la fonction `classify()` (composition élémentaire + `is_metal`). Un second classement, indépendant, est construit directement à partir des données ICOHP/ICOBI calculées pour chaque composé (§5) : `is_metal` pour le caractère métallique, puis l'ICOBI moyen par liaison (ordre de liaison, covalence) pour distinguer ionique de covalent parmi les composés non métalliques. Les deux classements sont comparés au §5.

2.3 Calcul VASP + LOBSTER

Même gabarit pour l'ensemble des structures (calcul statique, `ISYM=-1`, `LASPH=.TRUE.`, potentiels PAW-PBE recommandés par `pymatgen.io.vasp.sets.MPRelaxSet`) : `NBANDS` est dérivé par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`), et la détermination des fonctions de base passe par `Lobsterin.get_basis(potcar_symbols=...)` plutôt que par le parsing direct du fichier POTCAR (dont la validation interne de `pymatgen` échoue sur plusieurs POTCAR non reconnus par empreinte de hachage dans le miroir local).

2.4 Grandeurs ICOHP/ICOBI : intégration, coupures, unités

Génération LOBSTER (`lobsterin`, identique sur tout le jeu de données) : base `pbeVaspFit2015`; fenêtre d'intégration COHP de -35 à $+5$ eV autour du niveau de Fermi (`COHPstartEnergy/COHPendEnergy`); détection des liaisons par distance interatomique de $0,1$ à $6,0$ Å (`cohpGenerator`, orbital par orbital); lissage gaussien de $0,05$ eV (`gaussianSmearingWidth`).

ICOHP/ICOBI intégrés (`ICOHPLIST.lobster/ICOBILIST.lobster`). L'ICOHP intégré d'une liaison est, par définition LOBSTER, l'intégrale du COHP(E) depuis le bas de la fenêtre ci-dessus jusqu'au niveau de Fermi (états occupés uniquement), en eV ; négatif = liant, positif = antiliant. L'ICOBI est la même intégrale sur le COBI (indice d'ordre de liaison), sans dimension. Agrégation par composé (`percolation_path.py`) : `icohp_sum/ icobi_sum` sur toutes les étiquettes de liaison symétriquement inéquivalentes de `ICOHPLIST.lobster/ICOBILIST.lobster` (chaque liaison périodique comptée une fois, pas une fois par direction) ; `icohp_mean/icobi_mean`, la moyenne correspondante par liaison — c'est cette dernière, intensive et donc comparable entre composés de tailles de maille différentes, qui est rapportée dans le Tableau 3 et dans les colonnes « ICOHP »/« ICOCI » de l'Annexe A. Ces grandeurs alimentent §5 et les corrélations classiques du §6.


Δ (ICOHP) de réaction (`reaction_analysis/`). Pour une réaction équilibrée (typiquement composé $\rightarrow$ éléments), Δ = somme des ICOHP des produits – somme des ICOHP des réactifs, en convention « produits – réactifs », en trois normalisations : par unité formulaire (extensive), par atome transféré (la normalisation utilisée dans tout ce rapport, sauf mention contraire), et par liaison (diagnostique uniquement, non conservative — les liaisons ne sont pas conservées entre structures différemment liées). Signe positif (« endobondic ») : rompre les liaisons du réactif coûte plus que ce que rapportent les liaisons des produits — barrière cinétique possible. Signe négatif (« exobondic ») : aucune barrière visible depuis la seule liaison.

Population antiliante près du niveau de Fermi (`cohp_extraction.py`) — grandeur distincte du Δ (ICOHP) ci-dessus. Plutôt que d'intégrer tout le COHP occupé, cette grandeur intègre uniquement sa partie antiliante ($\text{COHP} > 0$) sur une fenêtre à sens unique ($E_{\text{réf}} - \Delta E, E_{\text{réf}}$], où $E_{\text{réf}} = E_F$ (composés métalliques) ou le VBM (composés à gap), et $\Delta E \in \{0.5, 1.0, 2.0\}$ eV ($\Delta E = 1.0$ eV en fenêtre principale) — seuls les états occupés peuvent déstabiliser l'état fondamental par antiliaison, d'où la fenêtre à sens unique plutôt que symétrique autour de $E_{\text{réf}}$. Rapportée telle quelle (même convention d'unité « eV » que LOBSTER, bien qu'il s'agisse d'une intégrale de population de Hamilton, pas littéralement d'une énergie) et normalisée par la magnitude ICOHP totale occupée au même $E_{\text{réf}}$. C'est cette grandeur, et elle seule, qui alimente le descripteur du §6.2 — le Δ (ICOHP) de réaction (§6.3–6.4) intègre tout le COHP occupé sans restriction de fenêtre près de E_F .

2.5 Statistiques

Corrélation de Spearman (pas de raison d'attendre une relation linéaire) entre chaque descripteur ICOHP/ICOBI et une cible de stabilité (`energy_above_hull` ou `formation_energy_per_atom` selon le descripteur), globalement et par sous-groupe (`bond_type`, `is_metal`) ; tout sous-groupe $n < 15$ est explicitement signalé, jamais présenté nu. **Aucun SISSO, aucune régression symbolique** à ce stade (voir §9).

3 Organigramme du workflow

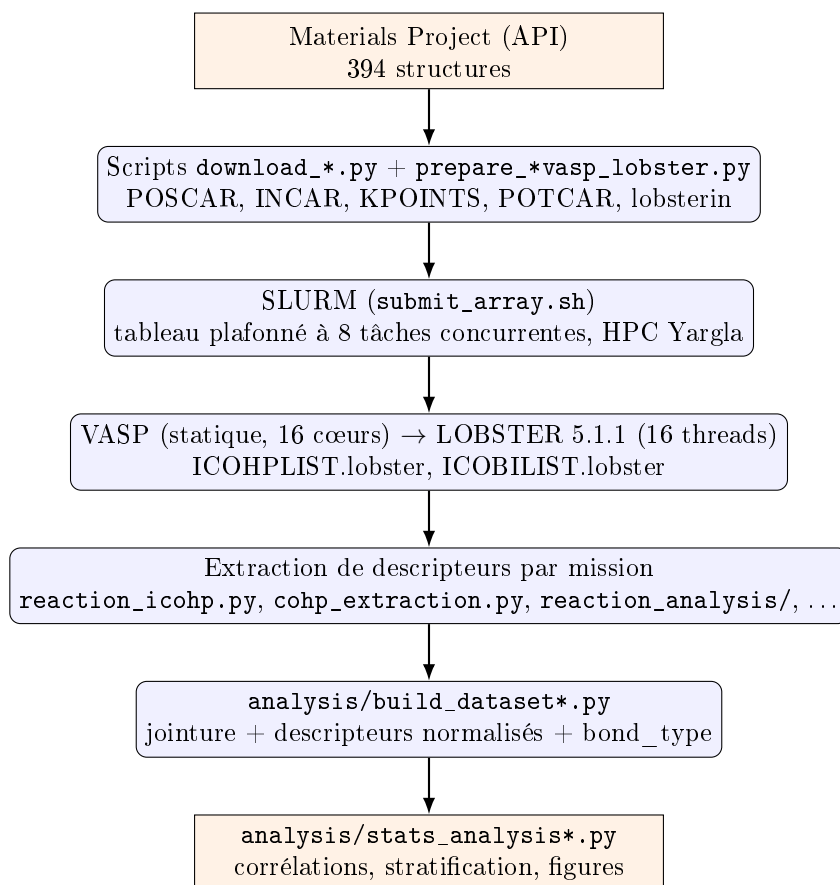

4 Environnement

Identique sur l'ensemble des 394 structures (Yargla, VASP 6.5.0, LOBSTER 5.1.1, `.venv` Python 3.11), complété par : `mp-api`, `pandas`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `pydantic`, `pyyaml` (voir `requirements.txt`). Détail des cœurs alloués par étape de calcul : §8.

5 Jeu de données

L'ensemble des composés et éléments calculés compte **597 structures**.

TABLE 1 – Composition du jeu de données par nombre d'éléments.

Composition	<i>n</i>
Références à un seul élément	69
Composés multi-éléments	522
Structures de validation sans métadonnées de composé*	6
Total	597

* dimères gazeux isolés (H_2 , N_2 , O_2 , F_2 , Cl_2) et CaO [sphalérite], utilisés uniquement pour la validation Reitz & Dronskowski (Annexe K), hors du jeu de données principal.

Type de liaison. Deux classements indépendants (§2.2) : la fonction `classify()` (composition élémentaire + `is_metal`) et un classement fondé directement sur les données ICOHP/ICOBI de chaque composé (`is_metal` pour le caractère métallique, sinon l'ICOBI de la

TABLE 2 – Classe de stabilité (par E_{hull} et caractère expérimental/théorique).

Classe	n	Plage E_{hull} (eV/atome)
stable ($E_{\text{hull}} = 0$)	160	0.0000
expérimentale métastable	183	0.0000347 – 2.1080
théorique métastable	242	0.0000843 – 3.1688
inconnue*	12	—
Total	597	

* 2 références COD sans E_{hull} (S_4N_2 , S_4N_4), 6 structures de validation sans métadonnées (voir Table 1), 1 référence COD supplémentaire (ZnSn/NiAs), et 3 composés hérités de la campagne d'origine, catégorisés « métastable » avant l'introduction de l'indicateur `theoretical`.

paire d'espèces **dominante au premier voisinage** — et non une moyenne sur tous les voisins que LOBSTER rapporte dans le rayon de coupure élargi utilisé pour le graphe de percolation, qui dilue fortement le signal des solides covalents denses comme le diamant — comparée à un seuil calibré au point médian des médianes ICOBI des composés que `classify()` labellise déjà ionique/covalent, soit 0,5315, pour distinguer ionique de covalent parmi les composés non métalliques). Une quatrième catégorie, **mixte** (type Zintl), identifie les composés où une paire *homoatomique* au-dessus du seuil covalent (p. ex. N–N dans un azoture, P–P dans un polyphosphure, S–S dans un polysulfure) coexiste avec une paire *hétéroatomique* nettement plus faible reliant un cation distinct — signature structurale de la chimie de Zintl-Klemm, où un seul label ionique/covalent serait trompeur.

TABLE 3 – Type de liaison : `classify()` contre le classement ICOHP/ICOBI (concordance sur le sous-ensemble labellisé par `classify()` : 277/312 = 88,8%).

<code>classify()</code> \ ICOHP/ICOBI	métallique	ionique	covalent	mixte	non classifié
métallique	194	0	0	0	0
ionique	0	48	2	3	0
covalent	0	14	35	16	0
non classifié	179	36	19	43	0
Total	373	98	56	62	0

Sur les 277 composés que `classify()` laisse « non classifiés » (essentiellement les paires alcalin/alcalino-terreux $\times \{\text{N}, \text{P}, \text{S}\}$, hors de `IONIC_ANIONS`, et les métaux liés à un élément anion-like que `classify()` exclut délibérément de sa catégorie « métallique »), le classement ICOHP/ICOBI en résout **55** en ionique (36) ou covalent (19), et identifie **43** comme mixtes (type Zintl) ; les 179 restants sont métalliques, déjà couverts par `is_metal`. Sur le sous-ensemble où les deux méthodes se prononcent (métallique/ionique/covalent), l'accord est fort (88,8%) mais pas total : 16 désaccords ionique/covalent et 19 composés que `classify()` range en ionique ou covalent mais que le classement ICOBI identifie comme mixtes (leur liaison homoatomique dominante coexiste avec un lien hétéroatomique nettement plus faible) — à examiner cas par cas avant d'utiliser l'un ou l'autre classement comme variable de stratification.

6 Résultats

6.1 Corrélations (Spearman) — agrégats ICOHP classiques

Ces quatre lignes servent de ligne de base de référence : les agrégats ICOHP bruts (somme, minimum par composé) ne corréleront pas ou peu avec E_{hull} , sauf dans le sous-groupe métallique.


TABLE 4 – Corrélations de Spearman, agrégats ICOHP classiques (somme, minimum) contre E_{hull} , sous-ensemble de 186 composés.

Groupe	Métrique	n	ρ	p
tous	ICOHP somme	186	0.032	0.670
tous	ICOHP min	186	0.093	0.209
métallique	ICOHP somme	88	0.223	0.037
métallique	ICOHP min	88	0.198	0.065

Les descripteurs construits plus loin (population antiliante, ICOHP de réaction, §6.2–§6.4) font nettement mieux, contre `formation_energy_per_atom` plutôt que `energy_above_hull`.

6.2 Population antiliante près du niveau de Fermi


Question distincte de l'ICOHP intégré en totalité (§2.4) : non plus *combien* de liaison un composé possède, mais *comment* le COHP se répartit en énergie — la fraction d'antiliaison occupée juste sous le niveau de Fermi/VBM, par analogie avec les instabilités électroniques de type Peierls/Jahn–Teller. Résultat, contre `formation_energy_per_atom` : $\rho = -0,282$, $p = 9,2 \times 10^{-8}$ ($n = 346$). Le signe est *inverse* de la lecture naïve Peierls/Jahn–Teller. Le sous-groupe `bond_type=covalent` ($n = 33$) survit nettement à la stratification ($\rho = -0,551$, $p = 0,0009$) — le résultat stratifié le plus robuste du projet ; `is_metal=False` survit aussi ($n = 157$, $p = 0,001$). Un ancien résultat sur le sous-groupe `bond_type=ionic` ($n = 9$, $\rho = -0,683$) ne se reproduit pas une fois l'échantillon monté à $n = 53$ ($\rho = -0,184$, non significatif) — démonstration nette du danger des sous-groupes $n < 15$.

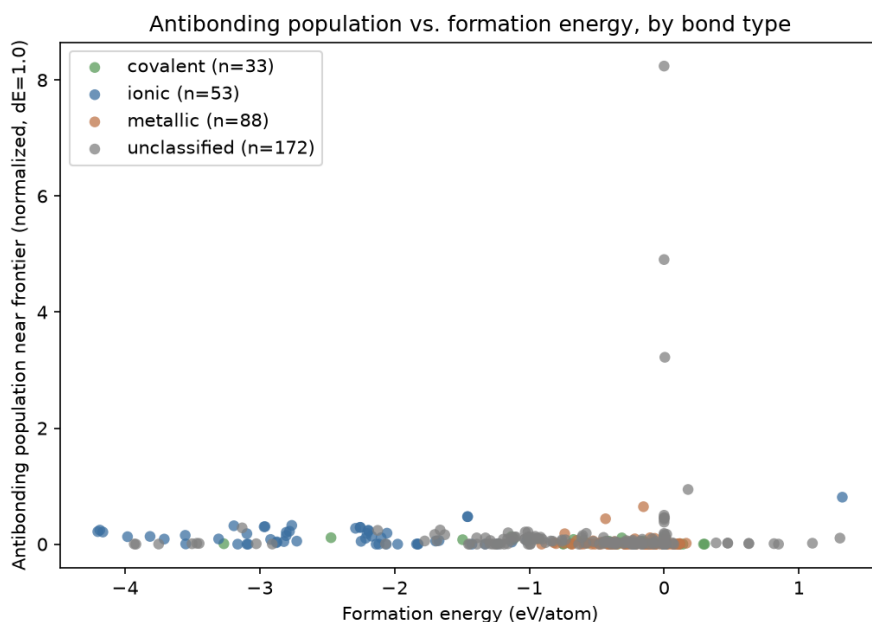

6.3 ICOHP de réaction

Un analogue ICOHP de `formation_energy_per_atom` : l'ICOHP total d'un composé est-il « meilleur marché » que celui des mêmes atomes sous forme d'éléments de référence ? Résultat : $\rho = 0,297$, $p \approx 0$ ($n = 511$) — une corrélation réelle et hautement significative compte tenu de la taille d'échantillon, mais plus faible qu'à échelle réduite, avec un signe intuitif (moins de liaison qu'à l'état élémentaire $\Rightarrow$ formation moins stable). La stratification `bond_type` (quatre catégories désormais, `mixte`/Zintl incluse) ne l'explique plus uniformément : `ionique` ($\rho = 0,360$,

$p = 0,0004$) et **mixte** ($\rho = -0,525$, signe opposé, $p \approx 0$) survivent nettement, **covalent** aussi mais change de signe ($\rho = -0,354$, $p = 0,023$) ; seul **métallique** (la classe majoritaire, 316/511 lignes) reste non significatif. **La stratification is_metal — celle qui survivait auparavant — a désormais convergé vers la même population que bond_type=métallique** (même n , même ρ , même p sur chaque ligne) et hérite donc de son résultat non significatif : c'est **bond_type**, et non plus **is_metal**, qui porte l'information à la composition actuelle du jeu de données. Contre **energy_above_hull** la corrélation reste faible et n'est plus même à la limite de la significativité au niveau poolé ($\rho = 0,058$, $p = 0,190$), bien que **bond_type=mixte** survive à nouveau seul ($\rho = -0,307$, $p = 0,016$). Sur un sous-ensemble de 288 composés partagé avec chaque autre descripteur du projet, la population antiliante (§6.2) dépasse légèrement l'ICOHP de réaction sur les deux cibles — ce dernier reste un descripteur fort, mais plus *sans ambiguïté* le plus fort. Le cas 2 (comparaison directe de polymorphes de même formule, désormais 74 groupes) : 47,3 % d'accord entre le membre le plus liant et le plus stable, contre une ligne de base au hasard de 42,4 % (test de Poisson-binomiale exact, $P = 0,22$) — toujours aucun signal, même conclusion qu'à 8 et 49 groupes.

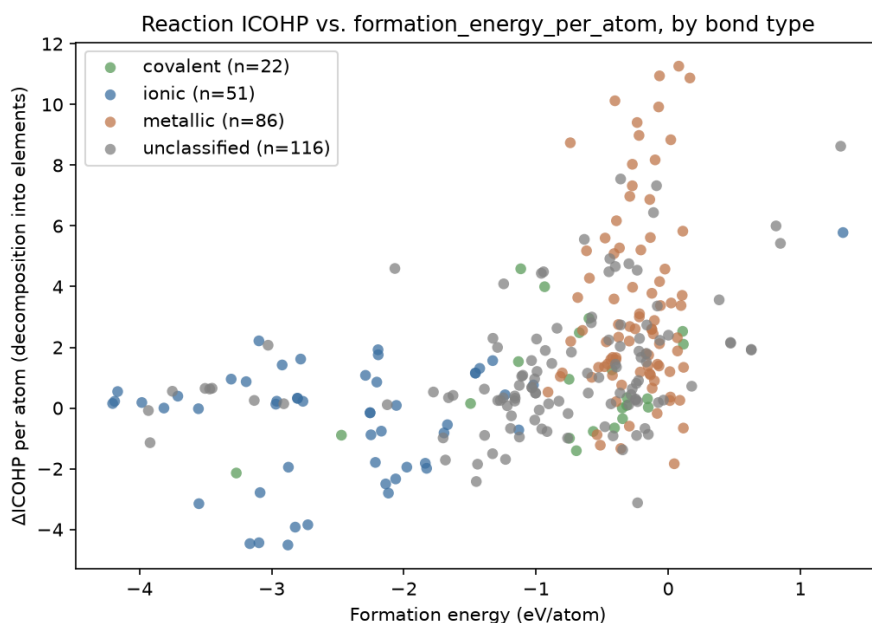

Toujours pas de SISSO. Le signal utile est désormais conditionnel au type de liaison et de signe opposé selon les strates (ionique positif, covalent/mixte négatif) — une recherche de caractéristiques poolée serait activement trompeuse ici ; toute recherche future devrait être menée séparément par **bond_type**, pas sur la population poolée. Rapports détaillés : [analysis/REPORT_antibonding.md](#), [analysis/REPORT_reaction_icohp.md](#).

6.4 Discrimination de viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$

Détail complet : [analysis/REPORT_delta_icohp_viability.md](#), [analysis/test_delta_icohp_viability.py](#).

Validation de référence. Les valeurs ICOHP par type de liaison de 7 réactions à ΔICOHP indépendamment connu (transcrites indépendamment de tout calcul de ce projet) sont passées de bout en bout par `balance.py/delta.py/classify.py` :

Les 7 cas reproduisent le ΔICOHP de référence à quelques kJ/mol près (arrondi des valeurs par liaison de la source) et chaque **BondingLabel** correspond. Le cas Mn_2O_7 est un garde-fou utile en lui-même : exobondic selon ce critère de signe statique, alors que Mn_2O_7 est un composé réel, observé, qui se décompose simplement lentement (perte graduelle de O_2) plutôt que par

TABLE 5 — Validation de la classification endobondic/exobondic sur 7 réactions de Δ ICOHP indépendamment connu.

Réaction	Référence (kJ/mol)	Calculé (kJ/mol)	Étiquette	
			Réf.	Calculé
$\text{Pb}(\text{N}_3)_2 \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{N}_2$	+1345	+1344,3	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_2 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + \text{N}_2$	+258	+258,5	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_4 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + 2\text{N}_2$	+399	+397,3	endo	endo
$\text{ZnSn} \rightarrow \text{Zn} + \text{Sn}$	−337	−336,6	exo	exo
$\text{CaO}[\text{sphalérite}] \rightarrow \text{CaO}[\text{rocksalt}]$	−79	−78,9	exo	exo
$\text{CaN} \rightarrow \frac{1}{3}\text{Ca}_3\text{N}_2 + \frac{1}{6}\text{N}_2$	−205	−204,8	exo	exo
$\text{Mn}_2\text{O}_7 \rightarrow 2\text{MnO}_2 + \frac{3}{2}\text{O}_2$	−186	−187,7	exo	exo

rupture brutale de liaison — `classify.py` attache structurellement un avertissement à *chaque* verdict `UNSTABLE_NONEXISTENT` pour exactement cette raison, plutôt que de coder Mn_2O_7 en cas particulier.

Cette validation ne compare que l’arithmétique des valeurs ICOHP publiées, indépendamment de toute structure cristalline locale — l’Annexe K documente, pour les 16 espèces impliquées, quelle structure MP/COD a été retenue dans ce jeu de données et si elle a pu être vérifiée conforme à la description du manuscrit (3 corrections réelles identifiées : N_2 , le polymorphe de $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$, l’étain compétiteur de ZnSn). Pour N_2 et ZnSn , un calcul DFT+LOBSTER propre à ce projet (et non plus la seule arithmétique du manuscrit) a en outre été comparé directement aux valeurs du manuscrit (Tableau S18) : N_2 reproduit l’ICOHP du manuscrit à 0,7% près ; ZnSn reproduit le même signe (décomposition favorable en énergie de liaison) mais avec une amplitude $\sim 2,9\times$ plus grande — écart jugé non significatif à ce stade, la somme d’ICOHP d’un intermétallique massif étant beaucoup plus sensible aux choix de base/pseudopotentiel/coupe qu’un simple dimère gazeux.

La corrélation seule (Pearson/Spearman) n’est pas le bon test pour « nos chiffres correspondent-ils aux valeurs de référence » — elle est satisfaite par toute relation monotone, même avec un décalage ou un facteur d’échelle systématique important. Le **coefficient de corrélation de concordance de Lin** (CCC) teste spécifiquement l’accord avec la droite d’identité (calculé = référence) :

TABLE 6 — Concordance calculé vs. référence sur les 7 réactions de validation.

Statistique	Valeur
n	7
CCC de Lin	0,999998
r de Pearson	0,999999 ($p = 3,5 \times 10^{-15}$)
Accord de signe	7/7
résidu moyen	0,76 kJ/mol
résidu max	1,70 kJ/mol
RMSE	0,98 kJ/mol

Un CCC aussi proche de 1 signifie que les deux méthodes s’accordent essentiellement dans la précision de rapport des valeurs de référence elles-mêmes (arrondies à 2–3 décimales), pas seulement qu’elles évoluent ensemble — l’implémentation en est validée, pas seulement vérifiée cas par cas.

Appliqué à l’ensemble du jeu de données, poolé. 518 réactions de cas 1, tout élément et composé ayant une réaction de décomposition en éléments calculée, poolés en une seule population (regrouper par origine de sélection serait exactement le type de facteur de

confusion entre groupes que la méthodologie de ce projet est censée détecter).

TABLE 7 – Corrélations de Spearman, $\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$ (cas 1, 518 réactions) contre deux cibles de stabilité continues.

Cible	n	ρ	p
<code>formation_energy_per_atom</code>	511	$-0,2969$	$7,3 \times 10^{-12}$
<code>energy_above_hull_eV_per_atom</code>	515	$-0,0579$	0,190

(Signe : convention produits–réactifs de `reaction_analysis`, opposée à la colonne propre de `reaction_icohp.py` §6.3 — même amplitude, signe inversé.) Les deux corrélations sont plus faibles qu’à échelle réduite : le résultat sur l’énergie de formation était $\rho = -0,50$ avant l’intégration des lots marginal-formation-energy et max-hull-distance, et le résultat sur la distance au hull est passé de limite ($p = 0,068$) à clairement non significatif ($p = 0,19$) — cohérent avec l’ajout délibéré de composés à thermodynamique marginale ou extrême, qui diluent une corrélation de rang en partie portée par la gamme de stabilité plus étroite de la population d’origine.

Discrimination fondée sur le signe (endobondic/exobondic). Indicateur de viabilité expérimentale (`theoretical=False` signifie réalisé expérimentalement) :

TABLE 8 – Étiquette endobondic/exobondic contre statut expérimental/théorique.

	endobondic	exobondic
expérimental ($n = 267$)	79	188
théorique seul ($n = 245$)	46	199

Test exact de Fisher : $p = 0,0053$, rapport de cotes = 1,82 — **désormais significatif** (endobondic $\sim 1,8\times$ plus fréquent parmi les composés réalisés expérimentalement, le sens attendu). Mann–Whitney sur le $\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$ continu, même partition : médiane expérimentale $-0,868$ eV, médiane théorique seule $-1,457$ eV (plus exobondic), $p = 0,0088$ — même sens, également significatif. C’est exactement le résultat que les lots marginal-formation-energy et max-hull-distance ont été construits pour tester : la population poolée à 281 réactions n’avait pas assez de composés à stabilité limite pour révéler ce signal ($p = 0,10$ à cette échelle).

Attention, piège de lecture explicitement documenté par `classify.py` : la Table 8 montre 188 composés *expérimentaux* (donc réellement existants) étiquetés *exobondic*. Ce n’est **pas** une incohérence — exobondic n’implique « non viable » qu’après combinaison avec `delta_energy` (`classify_viability()`, §6.4) : un composé n’est `UNSTABLE_NONEXISTENT` que si la décomposition en éléments est *à la fois* exobondic *et* thermodynamiquement favorable ($\Delta E < 0$), ce qui est rarissime (décomposer un composé réel en éléments purs n’est presque jamais favorable). Vérifié directement sur la même population que la Table 8 :

TABLE 9 – `ViabilityLabel` calculé (`classify_viability()`) sur la même population que la Table 8 ($n = 518$).

	expérimental ($n = 267$)	théorique ($n = 245$)
<code>STABLE_ON_HULL</code>	233	131
<code>UNSTABLE_NONEXISTENT</code>	26	96
<code>METASTABLE_VIABLE</code>	8	17

7 réactions supplémentaires (COD ou sans `mp_id`, donc sans `formation_energy_per_atom`) exclues, données insuffisantes.

En regroupant `STABLE_ON_HULL+METASTABLE_VIALE` (« viable ») contre `UNSTABLE_NONEXISTENT` : test exact de Fisher $p = 2,8 \times 10^{-15}$, rapport de cotes **6,0** ($\chi^2 = 59,9$, $p = 1,0 \times 10^{-14}$) — **un effet bien plus large que le test fondé sur le seul signe** (Table 8, $p = 0,0053$, rapport de cotes 1,82). Un composé expérimentalement réalisé a environ 6 fois moins de chances d’être prédit `UNSTABLE_NONEXISTENT` qu’un composé théorique seul. **Des 188 composés expérimentaux exobondic, 26 seulement sont prédits `UNSTABLE_NONEXISTENT`** — les 162 autres sont `STABLE_ON_HULL` : leur décomposition en éléments, bien qu’exobondic, n’est pas thermodynamiquement favorable. Lire la Table 8 isolément comme « exobondic = non viable » donne donc une image trompeuse — c’est la Table 9, qui combine signe et thermodynamique, qui répond réellement à la question de viabilité que l’indicateur `theoretical` sert de proxy, et c’est de loin le résultat le plus fort de cette section.

TABLE 10 – Δ ICOHP/atome médian et % endobondic par classe de stabilité ($n = 177$).

Classe	n	médiane Δ ICOHP/atome (eV)	% endobondic
expérimentale métastable	59	−1,038	28,8%
stable	59	−1,391	22,0%
théorique métastable	59	−1,601	13,6%

Kruskal–Wallis sur les trois groupes : $H = 2,56$, $p = 0,278$ — **toujours non significatif** (population inchangée à $n = 177$: les lots extension/marginal-formation-energy/max-hull portent un indicateur `theoretical` mais pas encore d’étiquette `family`, donc ce test précis n’a pas bénéficié de la croissance du jeu de données), mais l’ordre reste exactement celui physiquement attendu : les composés expérimentaux métastables ont la fraction endobondic la plus élevée ; les composés théoriques métastables (jamais synthétisés) ont la plus faible.

Lecture. Les 7 réactions de référence se reproduisent presque exactement — l’implémentation est correcte. Étendre la même logique à l’ensemble du jeu de données actuel (518 réactions, contre 281 précédemment) donne un tableau bien plus favorable que la conclusion précédente « pas encore significatif » : la discrimination grossière fondée sur le seul signe est désormais significative (Table 8), et la machinerie complète `ViabilityLabel` — signe combiné à la thermodynamique — l’est beaucoup plus fortement encore (Table 9, $p = 2,8 \times 10^{-15}$). La croissance du jeu de données pour laquelle ce test a été étendu (lots marginal-formation-energy et max-hull-distance, tous deux délibérément choisis pour une thermodynamique limite ou extrême) a apporté exactement le contraste nécessaire aux deux tests. Les corrélations continues contre `formation_energy_per_atom` et `energy_above_hull` se sont affaiblies dans le même temps (Table 7) — le prix attendu de l’ajout de composés chimiquement divers et thermodynamiquement extrêmes à une population auparavant plus étroite ; la corrélation de rang de Spearman est sensible précisément à ce type de changement de gamme et de composition, un test d’une nature différente des résultats catégoriels ci-dessus, donc les deux ne sont pas en tension. Seule la partition à trois classes (`family`) n’a pas bougé, faute d’avoir été étendue aux nouveaux lots (§9) — elle reste non testée à plus grande échelle, pas infirmée. Reste à vérifier si le résultat `ViabilityLabel` lui-même n’est pas confondu par `bond_type/is_metal`, ou par le fait que les polymorphes théoriques du lot max-hull ont été délibérément sélectionnés loin au-dessus du hull — un effet de sélection proche de `formation_energy_per_atom`, pas nécessairement une confirmation indépendante du mécanisme de barrière cinétique.

7 Incidents résolus

Conformément à la consigne (« chaque échec de job doit être loggé avec la raison probable »), 5 des 178 premiers jobs soumis en tableau SLURM ont échoué au premier passage, tous

diagnostiqués et corrigés à la source (les correctifs, portés sur les gabarits SLURM/INCAR partagés, s'appliquent à l'ensemble du jeu de données) :

- **Al₁₂W, BW, WO₂, TeW, TiW** (tous contenant du tungstène) : le POTCAR `W_sv` du miroir local est dépourvu de son champ `LEXCH` (confirmé par inspection directe — présent pour toutes les autres variantes testées, y compris `W` simple), ce que VASP interprète comme une fonctionnelle d'échange-corrélation incompatible et refuse d'exécuter. Corrigé en remplaçant la substitution `W_sv` par `W` (PBE valide, vérifié).
- **Al₁₂W** a échoué une seconde fois après cette correction, avec un SIGSEGV VASP — un problème connu (`ulimit -s unlimited` avant `vasp_std`), présent dans `submit_array.sh` mais oublié dans le gabarit SLURM individuel de `prepare_vasp_lobster.py`. Corrigé ; récupéré au second essai.

Taux de succès final sur l'ensemble des 394 structures calculées à ce jour : **394/394**.

8 Coût de calcul

597 structures calculées au total : 69 références à un seul élément, 522 composés multi-éléments, et 6 structures de validation supplémentaires sans métadonnées de composé mais avec leur propre calcul VASP+LOBSTER (§5).

Chaque job VASP puis LOBSTER s'exécute sur le HPC **Yargla**, au sein d'une même allocation SLURM d'un nœud (`-nodes=1`) et **16 cœurs** : VASP en parallélisme MPI (`-ntasks=16 -cpus-per-task=1, srun`), puis LOBSTER en parallélisme OpenMP sur les mêmes 16 cœurs (`OMP_NUM_THREADS=16`, processus unique, exécuté séquentiellement après VASP dans le même job). Le tableau SLURM d'origine (`submit_array.sh`, campagne principale) est plafonné à 8 tâches concurrentes ; les lots ajoutés depuis (`extension/marginal-formation-energy/ max-hull/widen`) ont été soumis individuellement (`sbatch` par répertoire), sans ce plafond propre mais en partageant le cluster avec d'autres charges de travail non liées au projet.

TABLE 11 – Temps de calcul VASP et LOBSTER (597 structures).

	VASP	LOBSTER
<i>n</i>	597	596*
Moyenne (s)	188	578
Médiane (s)	72	157
Maximum (s)	5715 (1.6 h)	22555 (6.3 h)
Total séquentiel	31.2 h	95.8 h

* 1 structure sur 597 sans étape LOBSTER exploitable (élément de référence à maille triviale).

Total séquentiel combiné (VASP + LOBSTER, 597 structures) : **127.0 h**. La campagne principale (plafonnée à 8 tâches concurrentes) donnait un ordre de grandeur de temps réel écoulé d'environ un huitième du total séquentiel ; ce facteur ne s'applique plus uniformément à l'ensemble — les lots soumis individuellement depuis n'ont pas ce plafond propre mais ont partagé la file d'attente du cluster avec d'autres projets, ce qui rend une estimation de temps réel écoulé peu significative à l'échelle du jeu de données complet.

9 Limites et perspectives actuelles

- **Couverture de `classify()`** : 211/394 structures (54%) hors des trois catégories ionique/covalent/métallique, principalement les liaisons alcalin/alcalino-terreux $\times \{N, P, S\}$ qu'`IONIC_ANIONS` ne reconnaît pas (§5) — purement informatif ici, mais une vraie limite pour toute mission qui voudrait s'appuyer dessus pour stratifier.

- **Pas de classe « instable » au sens dynamique** : `theo_metastable` est un proxy (composés jamais synthétisés), pas un résultat de calcul de phonons.
- **Taille d'échantillon par sous-groupe** : reste la limite structurelle de ce projet à chaque nouvelle stratification (`bond_type`, `is_metal`) — voir §6.2 pour un exemple concret où un sous-groupe $n < 15$ ne s'est pas reproduit une fois l'échantillon agrandi.
- **Pourquoi pas SISSO maintenant** : le signal de l'ICOHP de réaction (§6.3) est désormais conditionnel au type de liaison et de signe opposé selon les strates (ionique positif, covalent/mixte négatif) — une recherche poolée serait trompeuse ; toute recherche future devrait être menée séparément par `bond_type`.
- **family non étendu aux nouveaux lots** : la discrimination `ViabilityLabel`/Fisher fondée sur `theoretical` (§6.4) bénéficie pleinement de la croissance du jeu de données, mais la partition plus fine à trois classes (`exp_metastable`/`exp_stable`/`theo_metastable`) reste à $n = 177$ faute d'étiquette `family` sur les lots extension/marginal-formation-energy/ max-hull — prochaine étape directe pour tester si cette partition plus fine devient elle aussi significative.
- **Le résultat `ViabilityLabel` (§6.4, $p = 2,8 \times 10^{-15}$) n'a pas encore été vérifié pour un facteur de confusion** : ni stratifié par `bond_type`/`is_metal`, ni distingué d'un effet de sélection (les polymorphes théoriques du lot max-hull ont été délibérément choisis loin au-dessus du hull).

10 Conclusion

La méthodologie endobondic/exobondic de Reitz & Dronskowski (§6.4) se reproduit fidèlement sur les 7 réactions de référence indépendamment connues (CCC de Lin 0,999998) et s'applique à l'ensemble du jeu de données de ce rapport (518 réactions de décomposition en éléments). Sur cette population, la discrimination fondée sur le seul signe du Δ ICOHP est désormais significative (test de Fisher, $p = 0,0053$) et la machinerie complète `ViabilityLabel` — signe combiné à la thermodynamique — l'est beaucoup plus fortement encore ($p = 2,8 \times 10^{-15}$, rapport de cotes 6,0) : un composé expérimentalement réalisé a environ 6 fois moins de chances d'être prédit `UNSTABLE_NONEXISTENT` qu'un composé théorique seul (§6.4). L'ICOHP de réaction reste, par ailleurs, un corrélat continu fort du jeu de données contre l'énergie de formation ($\rho = 0,297$, §6.3), bien que la population antiliante le dépasse désormais légèrement sur le sous-ensemble partagé par les deux descripteurs.

Deux directions concrètes se dégagent. D'une part, vérifier si le résultat `ViabilityLabel` ci-dessus résiste à une stratification par `bond_type`/`is_metal` et n'est pas simplement porté par l'effet de sélection délibéré du lot max-hull — la même discipline de vérification que ce projet applique systématiquement à chaque nouveau descripteur. D'autre part, restreindre le Δ (ICOHP) de réaction à une fenêtre proche du niveau de Fermi plutôt que sur l'ICOHP intégré en totalité, sur le modèle de la population antiliante du §6.2 : deux variantes de cette construction sont détaillées dans l'Annexe J (sous-liaison antiliante seule, et ICOHP signé complet restreint à la fenêtre) — la première survit à l'intégralité des stratifications testées, un résultat qu'aucun autre descripteur de ce rapport n'atteint.

Code source : <https://github.com/John-Akapulco/viability>

Données : `analysis/percolation_vs_formation_energy.csv`

Rapports détaillés : `analysis/REPORT_*.md`

Annexe (SI)

A Liste des composés et éléments

Liste complète des 392 composés et éléments disposant d’une donnée ICOBI exploitable (sur 394 au total ; 2 composés d’origine COD sans `is_metal`/ICOBI, §5), organisée par section selon le classement ICOHP/ICOBI indépendant du §5 (`is_metal` pour le caractère métallique ; sinon l’ICOBI de la paire d’espèces **dominante au premier voisinage** (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER dans le rayon de coupure élargi — voir §2.4) comparée à un seuil de 0,5052 pour distinguer ionique de covalent ; une catégorie « mixte » (type Zintl) regroupe les composés où une paire homoatomique fortement covalente coexiste avec une paire hétéroatomique nettement plus faible, p. ex. l’ion azoture N_3^- lié ioniquement à son cation) — pas de colonne « type de liaison », chaque section indique sa propre plage d’ICOBI observée à la place. ICOBI et ICOHP sont des moyennes par liaison (§2.4) ; les populations antiliantes ICOHP/ICOBI sont les valeurs normalisées à $\Delta E = 1,0$ eV (§6.2, §J). Aucune colonne poids de percolation ici — conservé uniquement, sur les 186 composés de la campagne d’origine, dans le tableau dupliqué de la Section L.

A.1 Métalliques

TABLE S1: Composés et éléments métalliques (`is_metal=True`, ICOBI observé de 0.0000 à 2.9506) — formule, mp-id, groupe d’espace, ICOBI de la liaison dominante (premier voisinage), ICOHP de la liaison dominante, populations antiliantes ICOHP et ICOBI normalisées ($\Delta E = 1,0$ eV).

Formule	mp-id	Groupe d’espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
Ag*	mp-124	Fm-3m	0.1545	-1.2496	0.0000	0.0000
AgN*	mp-1091417	Cmce	0.4624	-3.4181	0.0088	0.0030
AgN	mp-1009766	F-43m	0.4854	-3.5762	0.0277	0.0173
AgN	mp-1424734	Ama2	0.8238	-5.9446	0.0107	0.0025
AgN	mp-1428312	Pm-3m	0.2177	-1.4991	0.0083	0.0041
Al*	mp-134	Fm-3m	0.2270	-1.4193	0.0000	0.0000
Al ₁₂ W*	mp-11227	Im-3	0.5027	-2.7492	0.0000	0.0000
Al ₃ Os ₂ *	mp-16521	I4/mmm	0.3022	-1.6476	0.0037	0.0000
Al ₄ Si	mp-1228120	R-3m	0.2614	-2.0375	0.0087	0.0030
AlNi	—	—	0.2676	-1.9848	0.0016	0.0023
AlSb	mp-1023918	Cmcm	0.2647	-1.2802	0.0000	0.0000
As*	mp-158	Cmce	0.8848	-3.9683	0.0103	0.0000
AsPd ₂ *	mp-1080831	P-62m	0.3410	-2.4185	0.0077	0.0157
AsRh*	mp-22079	Pnma	0.3323	-1.8639	0.0449	0.0158
AsRh ₂ *	mp-1102364	Pnma	0.2438	-1.3778	0.1158	0.0189
Au*	mp-81	Fm-3m	0.1962	-1.3381	0.0000	0.0000
B ₃ Ir ₂	mp-1228647	C2/m	0.4473	-3.3600	0.0047	0.0011
BPd ₅	mp-1228665	I4/mmm	0.4754	-3.9924	0.0973	0.0181
BW*	mp-7832	I4_1/amd	0.4277	-3.9556	0.0000	0.0000
Ba*	mp-122	Im-3m	0.0002	-0.0122	8.2400	2.9573
BaAu ₂ *	mp-30363	P6/mmm	0.6152	-3.0712	0.0144	0.0034
BaF ₃	mp-1183303	I4/mmm	0.0350	-0.5277	0.2805	0.2537
BaN ₂ *	mp-1102371	Cc	0.1605	-0.4471	0.1039	0.0214
BaSn ₅ *	mp-571353	P6/mmm	0.2221	-0.8507	0.0456	0.0042
Be*	mp-87	P6_3/mmc	0.2033	-1.8975	0.0000	0.0000
Be ₁₂ Pd*	mp-12666	I4/mmm	0.2078	-1.9466	0.0000	0.0000
Be ₂ Cu*	mp-2031	Fd-3m	0.3616	-3.0863	0.0000	0.0001
Be ₂ Nb ₃ *	mp-11272	P4/mbm	0.4200	-3.5436	0.0000	0.0000
Be ₂ V*	mp-11281	P6_3/mmc	0.3658	-2.7859	0.0000	0.0000
BeAu ₃	mp-983539	Pm-3m	0.2230	-1.9129	0.0000	0.0030

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
BeCu	—	—	0.1984	-1.8359	0.0000	0.0000
BeF ₂	mp-975644	P6/mmm	0.1548	-1.6978	0.0863	0.0000
Bi ₂ O ₃ *	mp-558953	P2 ₁ /c	0.9517	-6.7444	0.0328	0.0038
Bi ₂ O ₃	mp-1383505	P1	0.9506	-7.1985	0.0609	0.0000
C*	mp-48	P6 ₃ /mmc	1.2195	-11.5387	0.0000	0.0000
Ca*	mp-21	Im-3m	0.0025	-0.0304	3.2206	3.3021
Ca ₃ N ₂	mp-1013524	Pm-3m	0.1107	-0.3623	0.0090	0.0000
CaAl ₄ *	mp-1749	I4/mmm	0.4595	-1.8701	0.0086	0.0002
CaGa ₂ *	mp-992	P6/mmm	0.9791	-3.8887	0.0219	0.0000
CaGa ₄ *	mp-2461	C2/m	0.4641	-2.1536	0.0084	0.0001
CaGe ₂	mp-643542	C2/m	0.7379	-3.1645	0.0337	0.0038
CaN*	mp-1058549	Fm-3m	0.1201	-0.6934	0.0450	0.0656
CaO	mp-1181903	Fd-3m	0.0725	-0.5516	0.1865	0.0756
CaSn*	mp-2450	Cmcm	0.7044	-2.1965	0.0629	0.0276
Cd*	mp-94	P6 ₃ /mmc	0.2423	-1.6119	0.0000	0.0000
CdPd*	mp-1696	P4/mmm	0.2022	-1.5904	0.0000	0.0004
Co*	mp-102	Fm-3m	0.2680	-1.9150	0.0189	0.0373
CoB*	mp-20857	Pnma	0.4568	-4.5928	0.0099	0.0000
CoSe ₂	mp-1390196	Fd-3m	0.7048	-4.3267	0.0348	0.0079
Cr*	mp-90	Im-3m	0.2487	-0.6245	0.0115	0.0049
Cr ₂ C	mp-1226378	P-3m1	0.5270	-3.0803	0.0084	0.0000
CrMo	mp-1226200	Cmmm	0.3600	-1.3679	0.0081	0.0026
Cs*	mp-1	Im-3m	0.0556	-0.1230	0.1696	0.0693
CsO ₂ *	mp-1441	I4/mmm	1.0942	-11.4627	0.1143	0.1436
CsO ₂	mp-1096936	Cmmm	1.1298	-11.0556	0.1197	0.0872
Cu*	mp-30	Fm-3m	0.0456	-0.2488	0.1641	0.0946
Cu ₃ Ge*	mp-19724	Pmmn	0.1369	-0.8340	0.0963	0.0410
Fe*	mp-13	Im-3m	0.1417	-0.5370	0.0922	0.0794
FeS*	mp-505531	P4/nmm	0.4967	-2.5883	0.0736	0.0024
FeTe ₂ *	mp-1102002	Pa-3	0.4279	-1.7861	0.0401	0.0000
Ga*	mp-142	Cmce	0.4308	-2.6378	0.0000	0.0000
Ge*	mp-32	Fd-3m	0.8956	-4.6450	0.0015	0.0000
Ge ₂ Os*	mp-10032	C2/m	0.4042	-2.1066	0.0069	0.0003
Ge ₄ Rh*	mp-1104286	P3 ₁₂₁	0.3355	-1.8036	0.0034	0.0006
Hf*	mp-103	P6 ₃ /mmc	0.3121	-1.1612	0.0000	0.0000
HfMo	mp-1224314	Cmmm	0.3368	-1.2722	0.0000	0.0000
HfTc ₂ *	mp-1095669	P6 ₃ /mmc	0.3775	-1.4429	0.0098	0.0012
Hg*	mp-10861	P6/mmm	0.1622	-0.9652	0.0000	0.0000
Hg ₄ Pt*	mp-936	Im-3m	0.5477	-3.5588	0.0000	0.0005
IN ₂	mp-1097011	I4/mcm	2.9506	-23.1289	0.0177	0.0275
In*	mp-1055994	I4/mmm	0.2177	-1.1562	0.0000	0.0000
In ₃ Ir*	mp-630976	P4 ₂ /mnm	0.5910	-3.4701	0.0000	0.0000
InSe ₂	mp-1232036	P4/nmm	0.2771	-1.4780	0.0349	0.0038
Ir*	mp-101	Fm-3m	0.3469	-2.4130	0.0317	0.0274
K*	mp-10157	Fm-3m	0.0430	-0.0808	0.0923	0.0499
K ₂ O	mp-1223784	P4/mmm	0.1375	-0.3763	0.0831	0.0000
K ₅ As ₄	mp-684799	P-1	0.9859	-3.9306	0.0452	0.0189
KN ₂ *	mp-1071868	Cmc2 ₁	1.0490	-7.9889	0.0202	0.0000
KN ₂	mp-1180757	Cmcm	1.0210	-7.4152	0.0411	0.0000
KN ₃	mp-636056	I4/mcm	2.8711	-22.8747	0.0090	0.0107
KP*	mp-1058315	R-3m	0.1254	-0.4533	0.0190	0.0442
KP	mp-1057787	Immm	0.1070	-0.4621	0.0170	0.0218
KSn ₃	mp-1185151	P6 ₃ /mmc	0.4006	-1.5431	0.0179	0.0027
Li*	mp-1018134	R-3m	0.0886	-0.6931	0.0000	0.0000
Li ₁₃ Sn ₅ *	mp-30769	P-3m1	0.6069	-2.7881	0.0000	0.0000
Li ₃ Ag	mp-976408	I4/mmm	0.1084	-1.0444	0.0000	0.0000

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
Li ₃ Hg*	mp-1646	Fm-3m	0.1488	-1.2194	0.0000	0.0000
LiB*	mp-1001835	P6 ₃ /mmc	1.1571	-9.9815	0.0000	0.0000
LiTl ₃	mp-1185253	I4/mmm	0.2370	-1.2989	0.0000	0.0000
Mg*	mp-153	P6 ₃ /mmc	0.0000	0.0000	—	—
Mg ₁₅ B	mp-1023515	P-6m2	0.0280	-0.1152	0.9423	0.5909
Mg ₂ Ni*	mp-2137	P6 ₂	0.0818	-0.2478	0.6457	0.3329
MgPd ₃ *	mp-7753	Pm-3m	0.2542	-1.7837	0.0264	0.0304
MgSn	mp-1094669	Pm-3m	0.2238	-0.7050	0.1000	0.0334
MgSn	mp-1094801	P4/mmm	0.3134	-1.2760	0.1099	0.0281
Mn*	mp-35	I-43m	—	-0.6082	0.0411	0.0047
MnAl ₁₂ *	mp-1104165	Im-3	0.2798	-1.6283	0.0000	0.0000
MnO ₂ *	mp-510408	P4 ₂ /mnm	0.4433	-3.0527	0.0548	0.0603
Mo*	mp-129	Im-3m	0.3113	-1.1059	0.0139	0.0005
Mo ₃ Se ₄ *	mp-21021	R-3	0.4924	-2.4124	0.0151	0.0004
N ₂	mp-1059834	Imma	1.3533	-15.9343	0.0159	0.0010
Na*	mp-10172	P6 ₃ /mmc	0.0470	-0.0839	0.1168	0.0901
Na ₂ Cl	mp-1077015	Cmmm	0.0377	-0.1951	0.0901	0.0029
Na ₂ Cl	mp-990084	R-3m	0.0479	-0.3527	0.0618	0.0000
Na ₃ Cl	mp-1064484	P4/mmm	0.0297	-0.2254	0.0859	0.0249
Nb*	mp-75	Im-3m	0.3268	-1.1439	0.0000	0.0000
Nb ₃ Ir*	mp-1458	Pm-3n	0.4144	-2.0103	0.0000	0.0002
NbGa ₃ *	mp-1973	I4/mmm	0.3104	-1.7262	0.0000	0.0000
NbO*	mp-2692	Fm-3m	0.2933	-2.2812	0.0292	0.0023
NbO	mp-634965	P4/mmm	0.9184	-5.5839	0.0000	0.0000
NbP*	mp-9830	I4 ₁ /amd	0.3299	-1.7803	0.0001	0.0000
NbP	mp-1220317	Cmmm	0.3238	-1.7805	0.0084	0.0004
NbRh ₂	mp-1220414	Pm	0.3585	-1.4459	0.0440	0.0023
NbS ₂	mp-774873	P6 ₃ /mmc	0.6390	-3.1946	0.0049	0.0000
Ni*	mp-23	Fm-3m	0.0947	-0.4204	0.3799	0.2037
NiB*	mp-14019	Cmcm	0.6996	-6.1857	0.0198	0.0093
NiHg ₄ *	mp-570835	Im-3m	0.3125	-2.2179	0.0000	0.0004
NiS*	mp-1547	R3m	0.2630	-1.5895	0.1140	0.0342
Os*	mp-49	P6 ₃ /mmc	0.2567	-1.1579	0.0538	0.0135
OsC*	mp-7142	P-6m2	0.4688	-3.0941	0.0402	0.0068
OsC	mp-1009537	Pm-3m	0.3353	-2.0943	0.0446	0.0000
OsC	mp-1009539	Fm-3m	0.4618	-3.1760	0.0828	0.0058
OsC	mp-999308	P6 ₃ /mmc	0.4521	-3.1583	0.0525	0.0226
Pb*	mp-20483	Fm-3m	0.1943	-0.8519	0.0276	0.0000
PbAu ₂ *	mp-19871	Fd-3m	0.3048	-2.3586	0.0000	0.0000
Pd*	mp-2	Fm-3m	0.1631	-1.2162	0.1264	0.0877
Pt*	mp-126	Fm-3m	0.2367	-1.8089	0.0927	0.0819
Rb*	mp-70	Im-3m	0.0590	-0.1180	0.1307	0.0377
Rb ₂ Hg ₇ *	mp-31474	P-3m1	0.1920	-0.9499	0.0000	0.0000
RbP*	mp-1179688	C2/m	0.1031	-0.4288	0.0138	0.0467
RbP	mp-1058499	Immm	0.1277	-0.4304	0.0099	0.0324
Re*	mp-8	P6 ₃ /mmc	0.3162	-1.3803	0.0205	0.0030
Re ₃ Ge ₇ *	mp-29141	Cmcm	0.4553	-2.2942	0.0022	0.0002
ReC*	mp-1079494	P6 ₃ /mmc	0.4741	-3.3056	0.0211	0.0022
ReC	mp-1009731	Pm-3m	0.3588	-2.2826	0.0149	0.0003
Rh*	mp-74	Fm-3m	0.1620	-0.7081	0.1852	0.0924
Ru*	mp-33	P6 ₃ /mmc	0.2375	-0.9478	0.0875	0.0211
RuC*	mp-10030	P-6m2	0.4770	-2.9147	0.0418	0.0078
RuC	mp-1009787	Fm-3m	0.4752	-2.9734	0.0862	0.0067
SN	mp-1078816	P2 ₁ /c	0.2823	-1.7903	0.0359	0.0006
SN	mp-1173453	P2 ₁	1.5195	-10.9244	0.0458	0.0000
SN	mp-684642	P2 ₁	1.3504	-13.4315	0.0333	0.0038

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
Sb*	mp-104	R-3m	0.4398	-1.7202	0.0425	0.0063
Sc*	mp-67	P6 ₃ /mmc	0.2110	-0.6596	0.0000	0.0000
Sc ₅ Ge ₃ *	mp-17190	P6 ₃ /mcm	0.3162	-1.5145	0.0000	0.0000
ScAg ₂ *	mp-1018128	I4/mmm	0.2014	-1.5516	0.0000	0.0000
ScTc ₃	mp-867262	Fm-3m	0.3043	-1.0739	0.0080	0.0010
ScTe*	mp-10026	P6 ₃ /mmc	0.3365	-1.5673	0.0000	0.0000
SiAu ₃	mp-1186998	Fm-3m	0.1974	-1.4121	0.0156	0.0000
SiO ₂	mp-556044	P-31c	0.7437	-6.4399	0.0117	0.0000
SiO ₂	mp-638049	F4 ₁₃₂	0.6594	-6.0556	0.0488	0.0000
SiRh*	mp-2287	P2 ₁ /c	0.2801	-1.6004	0.0243	0.0009
Sn*	mp-623511	I4/mmm	0.1989	-0.8803	0.0235	0.0006
Sn ₇ Ir ₅ *	mp-20466	I4mm	0.5375	-3.2800	0.0000	0.0000
Sn ₇ Pd ₅	mp-1219006	C2	0.3765	-2.7926	0.0000	0.0004
SnPt*	mp-19856	P6 ₃ /mmc	0.4612	-3.2535	0.0000	0.0000
Sr*	mp-139	P6 ₃ /mmc	0.0009	-0.0171	4.9050	5.3659
Sr ₂ As*	mp-15697	I4/mmm	0.0787	-0.2746	0.2097	0.0267
Sr ₃ Sn	mp-1187136	Pm-3m	0.0501	-0.2374	0.4377	0.0368
Sr ₅ Sn ₃ *	mp-17720	I4/mcm	0.8182	-2.1022	0.1796	0.0000
SrAl ₂ *	mp-1638	Fd-3m	0.4263	-1.6649	0.0004	0.0000
SrN*	mp-1058586	Fm-3m	0.1230	-0.6070	0.0462	0.0849
SrSi*	mp-2661	Cmcm	0.8077	-2.8883	0.0564	0.0097
SrTl ₃	mp-1206636	Pm-3m	0.2857	-1.2068	0.0201	0.0007
Ta*	mp-50	Im-3m	0.3226	-1.2794	0.0000	0.0000
Ta ₄ C ₃	mp-1218000	R3m	0.5265	-3.5440	0.0000	0.0000
Ta ₅ Ge ₃ *	mp-17593	I4/mcm	0.3556	-2.6739	0.0000	0.0000
Ta ₇ Co ₆ *	mp-1104548	R-3m	0.4891	-3.0211	0.0018	0.0000
TaN*	mp-1497	P6/mmm	0.4241	-2.9806	0.0009	0.0000
TaN	mp-1009831	Pm-3m	0.3185	-2.1377	0.0002	0.0002
TaN	mp-1009833	F-43m	0.6451	-4.4476	0.0000	0.0006
TaP*	mp-1067587	I4 ₁ md	0.4762	-2.7480	0.0000	0.0000
TaP	mp-1187244	P-6m2	0.4792	-2.7509	0.0000	0.0000
TaRe	mp-1217894	Cmmm	0.3311	-1.5114	0.0026	0.0003
TaSb ₂ *	mp-11697	C2/m	0.4899	-2.0334	0.0002	0.0000
Tc*	mp-113	P6 ₃ /mmc	0.3130	-1.2061	0.0240	0.0006
TcW	mp-1217337	Cmmm	0.6035	-3.6836	0.0000	0.0002
Te ₂ Au*	mp-567525	C2/m	0.5036	-3.0627	0.0497	0.0327
Te ₂ Ir*	mp-1551	C2/m	0.7621	-4.4689	0.0230	0.0046
Te ₂ Pd*	mp-782	P-3m1	0.5813	-3.5060	0.0291	0.0200
Ti*	mp-46	P6 ₃ /mmc	0.3010	-0.7536	0.0000	0.0000
Ti ₃ Ge*	mp-1189044	I-4	0.3243	-1.6051	0.0000	0.0000
Ti ₃ In*	mp-866046	P6 ₃ /mmc	0.3128	-1.1764	0.0000	0.0000
Ti ₃ Pt*	mp-2339	Pm-3n	0.3632	-1.7698	0.0000	0.0000
TiBe ₁₂ *	mp-1104067	I4/mmm	0.2186	-1.9904	0.0000	0.0000
TiMo ₂	mp-1216675	Fmmm	0.3395	-1.1740	0.0000	0.0000
TiNi*	mp-1048	P2 ₁ /m	0.2818	-0.8685	0.0059	0.0000
TiNi	mp-1067248	Cmcm	0.2798	-0.8586	0.0060	0.0000
TiO*	mp-1071163	P-62m	0.3594	-2.4547	0.0015	0.0000
TiSi ₂ *	mp-1077503	Cmcm	0.4599	-3.0700	0.0000	0.0000
TiSi ₂	mp-570991	Immm	0.2659	-1.2939	0.0000	0.0000
TiW	mp-1216621	Cmmm	0.6568	-3.6207	0.0000	0.0000
Tl*	mp-82	P6 ₃ /mmc	0.1905	-1.0463	0.0000	0.0000
Tl ₃ Ga	mp-1187539	Fm-3m	0.2090	-1.0914	0.0000	0.0000
Tl ₄ Sn	mp-1216560	R-3m	0.2039	-1.3837	0.0010	0.0008
TlC*	mp-567465	Fm-3m	0.3776	-2.4265	0.0000	0.0010
TlC	mp-1058887	P4/mmm	0.4837	-3.1370	0.0000	0.0003
TlN*	mp-1017982	P6 ₃ mc	0.6066	-3.6824	0.0023	0.0000

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
TiN	mp-1002222	Fm-3m	0.3446	-2.1516	0.0029	0.0000
TiN	mp-1007778	F-43m	0.6105	-3.6815	0.0017	0.0000
V*	mp-146	Im-3m	0.3178	-0.8777	0.0000	0.0000
VC ₀₃	mp-1095057	P6_3/mmc	0.3730	-2.5141	0.0012	0.0023
VN	mp-1017532	P6_3/mmc	0.4293	-2.6954	0.0000	0.0000
VNi ₂ *	mp-11531	Immm	0.4769	-1.4029	0.0918	0.0008
W*	mp-91	Im-3m	0.4372	-2.5600	0.0000	0.0001
WC*	mp-13136	Fm-3m	0.5508	-4.2240	0.0012	0.0009
WC	mp-1008630	Pm-3m	0.4127	-2.9246	0.0000	0.0010
WC	mp-1008635	F-43m	0.8710	-6.2790	0.0000	0.0000
WO ₂ *	mp-1524394	P2_1/c	0.6713	-5.7408	0.0039	0.0000
Y*	mp-112	P6_3/mmc	0.2374	-0.8682	0.0000	0.0000
Y ₃ Co	mp-1189329	P2_1	0.4718	-2.6045	0.0000	0.0000
YAg ₃	mp-1187811	Fm-3m	0.1780	-1.2749	0.0000	0.0000
Zn*	mp-79	P6_3/mmc	0.2296	-1.8892	0.0000	0.0000
Zn	mp-2647117	Im-3m	0.1819	-1.3641	0.0000	0.0000
ZnAg*	mp-1912	Pm-3m	0.2035	-1.8265	0.0000	0.0000
ZnPb ₃	mp-1187949	Fm-3m	0.2392	-1.3227	0.0004	0.0004
Zr*	mp-131	P6_3/mmc	0.3223	-1.3170	0.0000	0.0000
Zr ₂ Au*	mp-2348	I4/mmm	0.3095	-2.0203	0.0000	0.0000
Zr ₃ Be	mp-1188016	I4/mmm	0.3655	-1.7390	0.0000	0.0000
Zr ₃ Ge	mp-1188039	P6_3/mmc	0.3460	-1.7196	0.0000	0.0000
Zr ₅ Pb ₃ *	mp-681992	P6_3/mcm	0.3301	-1.9739	0.0000	0.0000
ZrBr*	mp-1065846	C2/m	0.3528	-2.0185	0.0000	0.0001
ZrGa ₃ *	mp-30685	I4/mmm	0.2933	-1.8532	0.0000	0.0000
ZrMo ₂ *	mp-2049	Fd-3m	0.4671	-1.6863	0.0002	0.0000
ZrRh*	mp-2808	Pm-3m	0.3062	-1.4732	0.0094	0.0024
ZrTi	mp-1215236	P4/mmm	0.3777	-1.6592	0.0000	0.0000

* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

A.2 Ioniques

TABLE S2: Composés ioniques (non métalliques, ICOBI < 0,5052, plage observée 0.0444 à 0.4976) — mêmes colonnes.

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
AgO*	mp-1079720	P2_1/c	0.2604	-2.0408	0.0297	0.0024
B ₆ Pb	mp-1096825	Pm-3m	0.2353	-1.9376	0.0000	0.0000
BaCl ₂ *	mp-568662	Fm-3m	0.0749	-0.5008	0.2998	0.0066
BaCl ₂ *	mp-23199	Pnma	0.0637	-0.4308	0.3027	0.0019
BaF ₃ *	mp-1080821	P2_1/m	0.2279	-0.7883	0.3169	0.0437
BaH ₂ *	mp-23715	Pnma	0.0615	-0.2536	0.1495	0.0000
BaO*	mp-1008500	P6_3/mmc	0.0788	-0.6380	0.1468	0.0016
BaO	mp-1950989	P6_3/mmc	0.1070	-0.4367	0.2225	0.0000
Be ₃ N ₂ *	mp-6977	P6_3/mmc	0.4361	-4.2580	0.0000	0.0000
Be ₃ N ₂ *	mp-18337	Ia-3	0.4759	-4.7015	0.0000	0.0000
Be ₃ N ₂	mp-1017550	P-3m1	0.3952	-3.8753	0.0000	0.0000
BeCl ₂	mp-1172909	I-43m	0.3697	-0.9454	0.8095	0.1761
Ca ₃ N ₂ *	mp-1047	R-3c	0.1781	-0.6015	0.1048	0.0000
Ca ₃ N ₂ *	mp-844	Ia-3	0.1820	-0.6211	0.0837	0.0000
CaCl ₂ *	mp-23214	Pnnm	0.1054	-0.7540	0.2048	0.0008
CaCl ₂	mp-1120739	Fm-3m	0.0814	-0.5708	0.3236	0.0068

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
CaF ₂ *	mp-10464	Pnma	0.0565	-0.5566	0.2424	0.0000
CaF ₂	mp-554355	P4/mmm	0.0591	-0.5440	0.1286	0.0000
CaO*	mp-1079707	Cmce	0.1008	-0.5793	0.1805	0.0000
CaO*	mp-2605	Fm-3m	0.1143	-0.7028	0.0897	0.0000
CdI ₂ *	mp-567259	P-3m1	0.4859	-2.4996	0.0508	0.0000
Cs ₂ S*	mp-1077814	P6 ₃ /mmc	0.0804	-1.0011	0.0682	0.0000
Cs ₂ Se*	mp-1011696	Pnma	0.0811	-0.6189	0.0861	0.0000
CsCl*	mp-573697	Fm-3m	0.0595	-0.3453	0.0490	0.0000
CsF*	mp-8455	Pm-3m	0.1224	-1.5102	0.0523	0.0008
CsH*	mp-632319	Pm-3m	0.0935	-1.2305	0.0678	0.0002
GeS	mp-12910	Cmcm	0.4348	-2.2462	0.0516	0.0000
H ₂ O*	mp-2739191	C222 ₁	0.4372	-4.6426	0.0087	0.0000
HI*	mp-697025	C2/c	0.4915	-2.7099	0.0522	0.0000
HgF ₂ *	mp-8177	Fm-3m	0.2320	-1.8744	0.1660	0.0000
I*	mp-23153	Cmce	0.0444	-0.1504	0.4981	0.0900
InBr*	mp-22870	Cmcm	0.3010	-1.3292	0.0929	0.0024
InCl*	mp-571636	Cmc2 ₁	0.1698	-0.8368	0.0921	0.0006
K ₂ O*	mp-971	Fm-3m	0.1009	-0.8814	0.0059	0.0000
K ₂ S*	mp-559278	P6 ₃ /mmc	0.1040	-0.4891	0.0071	0.0006
K ₂ S*	mp-1022	Fm-3m	0.1212	-0.4744	0.0000	0.0000
KCl*	mp-23289	Pm-3m	0.0510	-0.4078	0.1374	0.0000
KF ₃ *	mp-1544557	P2 _{12_12_1}	0.3162	-0.9256	0.4749	0.3545
KF ₃	mp-2749823	P2 ₁	0.3119	-0.9244	0.4733	0.3514
KI*	mp-22898	Fm-3m	0.0893	-0.4549	0.0615	0.0000
Li ₂ O*	mp-1960	Fm-3m	0.2393	-2.0320	0.0000	0.0000
Li ₂ O	mp-755894	Pnma	0.2225	-2.0369	0.0000	0.0000
Li ₂ S*	mp-1125	Pnma	0.2847	-2.0194	0.0000	0.0000
Li ₂ S	mp-557142	P6 ₃ /mmc	0.3327	-2.1900	0.0000	0.0000
Li ₂ Se*	mp-2286	Fm-3m	0.3399	-2.1702	0.0000	0.0000
Li ₃ N*	mp-2341	P6 ₃ /mmc	0.2587	-1.8972	0.0000	0.0000
LiBr	—	—	0.2790	-2.0381	0.0000	0.0000
LiCl*	mp-22905	Fm-3m	0.2558	-2.0554	0.0000	0.0000
LiCl	mp-1185319	P6 ₃ mc	0.3879	-2.9688	0.0000	0.0000
LiF*	mp-1138	Fm-3m	0.1692	-1.9334	0.0001	0.0000
LiF	mp-1009009	Pm-3m	0.1237	-1.3411	0.0249	0.0000
MgCl ₂ *	mp-570259	P-3m1	0.1312	-0.9334	0.2905	0.0028
MgCl ₂ *	mp-23210	R-3m	0.1313	-0.9344	0.2883	0.0009
MgCl ₂	mp-569626	Ama2	0.1475	-1.0096	0.1898	0.0001
MgF ₂ *	mp-1072956	Pnnm	0.0901	-1.0192	0.1330	0.0000
MgF ₂	mp-1062842	Amm2	0.0808	-0.8465	0.1522	0.0000
MgF ₂	mp-560236	C2/m	0.1007	-1.0813	0.0878	0.0000
MgH ₂ *	mp-23711	Pbcn	0.1156	-0.5595	0.0617	0.0000
MgO*	mp-549706	P6 ₃ mc	0.1572	-1.2025	0.0812	0.0000
MgO	mp-1009127	Pm-3m	0.0813	-0.6164	0.2735	0.0000
MgS*	mp-1315	Fm-3m	0.1236	-0.7426	0.2438	0.0000
MgS	mp-13032	F-43m	0.2006	-1.1035	0.1624	0.0000
Na ₂ O*	mp-2352	Fm-3m	0.1191	-0.6209	0.0000	0.0000
Na ₂ O	mp-1975297	C2/m	0.1297	-0.6320	0.0003	0.0000
NaCl	—	—	0.0859	-0.5953	0.1111	0.0000
NaS*	mp-409	P-62m	0.4976	-2.6241	0.1126	0.0000
NaS	mp-1180106	C2/m	0.2104	-0.9839	0.0000	0.0000
PbSe*	mp-22009	Fmm2	0.4169	-1.6445	0.0576	0.0000
PbSe*	mp-2201	Fm-3m	0.3457	-1.4608	0.0807	0.0039
Rb ₂ O*	mp-1394	Fm-3m	0.0867	-1.2998	0.0368	0.0000
Rb ₂ O	mp-2023482	P-3m1	0.1302	-0.4067	0.0636	0.0000
RbCl*	mp-23299	Pm-3m	0.0478	-0.6732	0.1019	0.0000

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
RbF*	mp-2064	Pm-3m	0.0879	-1.3700	0.0447	0.0036
RbF	mp-11718	Fm-3m	0.0460	-0.4536	0.0398	0.0000
RbI*	mp-22903	Fm-3m	0.0840	-0.4162	0.0534	0.0013
RbS	mp-1179684	C2/m	0.1226	-0.5861	0.0850	0.0092
Sc ₂ O ₃	mp-755313	R-3c	0.4210	-2.7698	0.0026	0.0000
SiO ₂	mp-10064	Fm-3m	0.3974	-3.7939	0.0240	0.0000
SnBr ₂	mp-978985	P4_2/mnm	0.3595	-1.6332	0.1289	0.0000
SrF ₂ *	mp-1102240	Pnma	0.0589	-0.5401	0.2090	0.0000
SrF ₂	mp-1102911	Pnma	0.0505	-0.4858	0.2166	0.0000
SrS*	mp-10627	Pm-3m	0.0762	-0.4641	0.2376	0.0000
Te*	mp-19	P3_121	0.3172	-1.1233	0.1197	0.0127
Te ₂ Ru*	mp-267	Pnnm	0.4723	-2.2556	0.0486	0.0017
TiCl*	mp-571079	Cmcm	0.1717	-0.8409	0.1079	0.0000
Y ₂ O ₃ *	mp-558573	C2/m	0.4214	-2.9843	0.0000	0.0000

* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

A.3 Covalents

TABLE S3: Composés covalents (non métalliques, ICOBI $\geq 0,5052$,
phase observée 0.5087 à 1.9179) — mêmes colonnes.

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
As ₂ S ₃ *	mp-1189572	P-1	0.9136	-4.7416	0.0538	0.0000
AsF ₃ *	mp-28027	Pna2_1	0.6951	-6.3410	0.1114	0.0000
B*	mp-160	R-3m	0.5203	-4.7960	0.0000	0.0000
BI ₃ *	mp-23189	P6_3/m	1.2727	-6.8061	0.0232	0.0000
Be ₃ P ₂ *	mp-567841	Ia-3	0.5637	-3.8282	0.0000	0.0000
Be ₃ P ₂	mp-1084771	Pn-3m	0.5501	-3.7626	0.0000	0.0002
BeCl ₂ *	mp-23267	Ibam	0.7165	-5.6352	0.0021	0.0000
BeCl ₂	mp-1190080	I-43m	0.7528	-5.9613	0.0026	0.0000
BeF ₂ *	mp-15951	P3_121	0.5269	-6.8585	0.0035	0.0000
BeO*	mp-7599	P4_2/mnm	0.5148	-5.7846	0.0000	0.0000
BeO	mp-1778	F-43m	0.5232	-5.8507	0.0000	0.0000
Bi ₂ O ₃	mp-714859	P1	1.1110	-10.1326	0.0646	0.0001
Br*	mp-23154	Cmce	0.7827	-3.5362	0.4257	0.0097
C	mp-1080826	C2/m	0.9446	-9.5768	0.0000	0.0000
C	mp-1190171	Pnma	0.9445	-9.5798	0.0000	0.0000
C*	mp-66	Fd-3m	0.9497	-9.6602	0.0000	0.0000
C*	mp-47	P6_3/mmc	0.9482	-9.7832	0.0000	0.0000
C	—	—	1.2173	-11.6891	0.0000	0.0000
C ₃ N ₄ *	mp-571653	P-43m	0.9531	-10.4956	0.0150	0.0000
C ₃ N ₄	mp-1182484	P6_3/m	1.9179	-15.3586	0.0000	0.0000
C ₃ N ₄	mp-2852	I-43d	0.9575	-10.9099	0.0106	0.0000
C ₃ N ₄	mp-563	Fd-3m	0.7047	-7.1477	0.0086	0.0000
Cl ₂ *	mp-22848	Cmce	0.9254	-5.5728	0.4555	0.0003
ClF ₃ *	mp-556767	Pnma	0.6390	-5.2173	0.1347	0.0000
F ₂ *	mp-561203	C2/c	0.9731	-6.9536	0.4569	0.0000
Ga ₂ Se ₃	mp-1224809	Imm2	0.8324	-4.7105	0.0085	0.0000
GeSe ₂ *	mp-10074	I-42d	0.9011	-4.9682	0.0171	0.0000
H ₂ *	mp-730101	P2_12_12_1	0.9954	-5.1222	0.0000	0.0000
H ₃ N*	mp-643432	P2_12_12_1	0.8816	-8.0639	0.0000	0.0000
HCl	mp-684609	Imm2	0.9480	-7.3985	0.0478	0.0001
IF ₇ *	mp-27988	Aea2	0.5305	-5.5662	0.0568	0.0000

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
IrCl ₃	mp-729507	C2	0.7112	-4.9995	0.0957	0.0000
Mn ₂ O ₇ *	mp-28338	P2_1/c	1.3609	-6.7339	0.0257	0.0000
MnN	mp-1009130	F-43m	0.6682	-3.9792	0.0247	0.0062
MoSe ₂ *	mp-1634	P6_3/mmc	0.6411	-2.8467	0.0035	0.0000
Nb ₂ O ₅ *	mp-1595	C2/m	0.7548	-4.9296	0.0075	0.0000
O ₂ *	mp-1524462	C2/m	1.4816	-17.7956	0.1271	0.2186
P*	mp-568348	P2/c	0.9202	-5.0760	0.0209	0.0000
PS*	mp-612	C2/c	0.9840	-5.8992	0.0301	0.0000
PtCl ₂	mp-1219748	C2/m	0.7183	-5.3013	0.0756	0.0000
S*	mp-77	Fddd	0.9692	-5.9246	0.0880	0.0000
SN*	mp-236	P2_1/c	1.1480	-8.7413	0.0440	0.0000
Se*	mp-14	P3_121	0.9053	-4.1496	0.0828	0.0000
Si	—	—	0.9243	-4.5418	0.0000	0.0000
SiO ₂ *	mp-546794	I-42d	0.7466	-7.9383	0.0071	0.0000
SiO ₂ *	mp-9258	Pa-3	0.5130	-5.5969	0.0264	0.0000
SiS ₂ *	mp-1095294	P2_1/c	0.9089	-5.7585	0.0044	0.0000
TeO ₂ *	mp-8377	P2_12_12_1	0.6215	-4.7653	0.0772	0.0000
TiO ₂ *	mp-1439	Pbcn	0.5838	-3.5796	0.0077	0.0000
TiO ₂ *	mp-9173	Pnma	0.5897	-3.5580	0.0123	0.0000
TiO ₂ *	mp-430	P2_1/c	0.5087	-3.0819	0.0145	0.0000
ZrO ₂	mp-775909	P4_2/mnm	0.5720	-4.1446	0.0017	0.0000

* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

A.4 Mixtes (type Zintl)

TABLE S4: Composés à liaison mixte, type Zintl (une paire homoatomique fortement covalente coexiste avec une paire hétéroatomique nettement plus faible, p. ex. l'azoture N₃⁻ lié ioniquement au cation, plage observée 0.8522 à 2.7322) — mêmes colonnes.

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
Ba ₅ P ₄ *	mp-17566	Pnma	0.9040	-3.4927	0.2104	0.0000
BaS ₃ *	mp-556296	P2_12_12	0.9201	-5.2850	0.1084	0.0000
Bi ₂ O ₃	mp-674644	P1	0.9332	-7.5456	0.0131	0.0000
CdO ₂ *	mp-2310	Pa-3	0.9738	-7.1680	0.0540	0.0000
Cs ₂ As ₃ *	mp-15557	Fmmm	1.0431	-4.4248	0.0386	0.0000
CsN ₃ *	mp-510557	I4/mcm	1.8888	-17.7624	0.0000	0.0000
CsN ₃	mp-1225892	P4/mmm	1.8983	-17.5725	0.0000	0.0000
CsP ₇ *	mp-1201790	Pbcm	0.9343	-4.9186	0.0062	0.0000
CsP ₇	mp-1213206	Pca2_1	0.9336	-4.9318	0.0064	0.0000
KN ₃ *	mp-827	I4/mcm	1.8889	-18.4973	0.0000	0.0000
LiP ₅ *	mp-2412	Pna2_1	0.9037	-4.9376	0.0026	0.0000
LiP ₅	mp-32760	Pna2_1	0.8771	-4.6811	0.0064	0.0000
MgP ₄ *	mp-384	P2_1/c	0.9196	-5.0216	0.0273	0.0000
NaN ₃ *	mp-1066400	R3m	1.8853	-18.8113	0.0000	0.0000
NaN ₃ *	mp-22003	R-3m	1.8872	-19.1626	0.0002	0.0000
NaN ₃	mp-1065265	C2/m	2.7322	-23.2128	0.0006	0.0215
NaS*	mp-2400	P6_3/mmc	0.9510	-4.7236	0.1279	0.0000
PI ₂ *	mp-29443	P-1	0.9586	-4.8005	0.1081	0.0000
PbN ₆ *	mp-667338	Pnma	1.8687	-19.2227	0.0007	0.0000
RbN ₃ *	mp-581833	P4/mmm	1.8969	-18.3403	0.0000	0.0000
RbN ₃	mp-1219567	Amm2	1.3756	-9.8572	0.0216	0.0000

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
RbS [*]	mp-558071	Immm	0.9920	-5.0554	0.1964	0.0019
Sr ₃ As ₄	mp-678007	P1	0.8522	-3.0556	0.1161	0.0000
Sr ₃ P ₄ [*]	mp-14288	Fdd2	0.8910	-4.1353	0.1224	0.0000
Sr ₃ P ₄	mp-682953	P1	0.8889	-4.0705	0.1250	0.0000
SrO ₂ [*]	mp-2697	I4/mmm	0.9835	-7.0573	0.1841	0.0000
SrO ₂ [*]	mp-726705	Pnma	0.9821	-6.8700	0.2389	0.0000
SrO ₂	mp-2763179	Pnma	0.9805	-6.9738	0.2327	0.0000

^{*} noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); ^{*} rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

A.5 Non classifiés

TABLE S5: Composés non classifiés (données ICOBI indisponibles)
— mêmes colonnes, ICOBI/populations antiliantes en « – » le cas échéant.

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
---------	-------	-----------------	-------	------------	-----------------	-----------------

^{*} noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); ^{*} rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

B Paramètres de calcul VASP

Paramètres INCAR fixes, identiques sur l'ensemble du jeu de données (calcul statique, compatible LOBSTER) — seuls NBANDS (annexe D) et la grille de points k varient d'un composé à l'autre.

Paramètre	Valeur	Description
PREC	Accurate	Précision globale (grille de charge, projecteurs)
ENCUT	600.0	Énergie de coupure des ondes planes (eV)
EDIFF	1e-06	Critère de convergence électronique (eV)
IBRION	-1	Type de dynamique ionique (−1 = statique, aucune relaxation)
NSW	0	Nombre de pas ioniques (0 = calcul statique sur la structure MP)
ISMear	0	Type d'élargissement (0 = gaussien)
SIGMA	0.05	Largeur d'élargissement (eV)
LASPH	True	Corrections non sphériques au potentiel PAW
ISYM	-1	Symétrie (−1 = désactivée, requis par LOBSTER)
LWAVE	True	Écriture du WAVECAR (requis par LOBSTER)
LCHARG	True	Écriture du CHGCAR
NPAR	4	Parallélisation sur les bandes
KPAR	2	Parallélisation sur les points k

C Potentiels PAW-PBE

Un potentiel PAW-PBE par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen` — la même que celle utilisée par Materials Project pour relaxer les structures fournies en entrée), à l'exception documentée du tungstène (§7) : la variante `W_pv` recommandée est absente du miroir local, et `W_sv` s'est révélée corrompue (champ `LEXCH` manquant) — le potentiel `W` simple est utilisé à la place, vérifié valide.

TABLE S6: Potentiels PAW-PBE utilisés, un par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen`, avec une exception documentée : `W` substitué à `W_pv`/`W_sv`, voir §7).

Élément	Potentiel PAW-PBE
Ag	Ag (02Apr2005)
Al	Al (04Jan2001)
As	As (22Sep2009)
Au	Au (04Oct2007)
B	B (06Sep2000)
Ba	Ba_sv (06Sep2000)
Be	Be_sv (06Sep2000)
Bi	Bi (08Apr2002)
Br	Br (06Sep2000)
C	C (08Apr2002)
Ca	Ca_sv (06Sep2000)
Cd	Cd (06Sep2000)
Cl	Cl (06Sep2000)
Co	Co (02Aug2007)
Cr	Cr_pv (02Aug2007)
Cs	Cs_sv (25Jan2019)
Cu	Cu_pv (06Sep2000)
F	F (08Apr2002)
Fe	Fe_pv (02Aug2007)
Ga	Ga_d (06Jul2010)
Ge	Ge_d (03Jul2007)
H	H (15Jun2001)
Hf	Hf_pv (06Sep2000)
Hg	Hg (06Sep2000)
I	I (08Apr2002)
In	In_d (06Sep2000)
Ir	Ir (06Sep2000)
K	K_sv (06Sep2000)
Li	Li_sv (10Sep2004)
Mg	Mg_pv (13Apr2007)
Mn	Mn_pv (02Aug2007)
Mo	Mo_pv (04Feb2005)
N	N (08Apr2002)
Na	Na_pv (19Sep2006)
Nb	Nb_pv (08Apr2002)
Ni	Ni_pv (06Sep2000)
O	O (08Apr2002)
Os	Os_pv (20Jan2003)
P	P (06Sep2000)
Pb	Pb_d (06Sep2000)
Pd	Pd (04Jan2005)
Pt	Pt (04Feb2005)
Rb	Rb_sv (06Sep2000)

Élément	Potentiel PAW-PBE
Re	Re_pv (06Sep2000)
Rh	Rh_pv (25Jan2005)
Ru	Ru_pv (28Jan2005)
S	S (06Sep2000)
Sb	Sb (06Sep2000)
Sc	Sc_sv (07Sep2000)
Se	Se (06Sep2000)
Si	Si (05Jan2001)
Sn	Sn_d (06Sep2000)
Sr	Sr_sv (07Sep2000)
Ta	Ta_pv (07Sep2000)
Tc	Tc_pv (04Feb2005)
Te	Te (08Apr2002)
Ti	Ti_pv (07Sep2000)
Tl	Tl_d (06Sep2000)
V	V_pv (07Sep2000)
W	W (08Apr2002)
Y	Y_sv (25May2007)
Zn	Zn (06Sep2000)
Zr	Zr_sv (04Jan2005)

D Grille de points k et NBANDS par composé

Grille de points k générée automatiquement par `pymatgen.io.vasp.Kpoints.automatic_density_by_vol` (densité `kppv1=100`, maillage Γ ou Monkhorst-Pack selon la symétrie de la maille) et `NBANDS`, dérivé par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`) — valeur strictement suffisante pour la projection sur la base locale, pas une estimation fixe.

TABLE S7: Grille de points k (densité automatique `pymatgen`, `kppv1=100`) et nombre de bandes (dérivé de la base LOBSTER) par composé.

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
Expérimental, stable (hull) ($n = 63$)			
As ₂ S ₃	mp-1189572	5 3 2 (G)	80
AsF ₃	mp-28027	5 4 4 (G)	64
BI ₃	mp-23189	4 4 4 (G)	32
BW	mp-7832	9 9 3 (G)	52
BaAu ₂	mp-30363	6 6 7 (G)	23
BaCl ₂	mp-568662	6 6 6 (G)	13
BaH ₂	mp-23715	6 4 3 (G)	28
Be ₂ Cu	mp-2031	7 7 7 (G)	38
Be ₂ Nb ₃	mp-11272	8 4 4 (M)	74
Be ₂ V	mp-11281	7 7 4 (G)	76
CaAl ₄	mp-1749	7 7 4 (G)	21
CaSn	mp-2450	6 6 4 (M)	28
CdPd	mp-1696	7 6 6 (G)	36
CoB	mp-20857	9 7 5 (G)	52
Cs ₂ As ₃	mp-15557	4 4 3 (G)	44
FeS	mp-505531	8 8 5 (G)	26
Ge ₂ Os	mp-10032	9 6 4 (G)	54
HfTc ₂	mp-1095669	5 5 3 (G)	108

Table S7 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
Hg ₄ Pt	mp-936	5 5 5 (G)	45
HgF ₂	mp-8177	8 8 8 (G)	17
InBr	mp-22870	6 6 4 (M)	26
KI	mp-22898	6 6 6 (G)	9
KN ₃	mp-827	5 5 5 (G)	34
Li ₂ Se	mp-2286	7 7 7 (G)	14
LiB	mp-1001835	7 7 9 (G)	18
Mg ₂ Ni	mp-2137	5 5 2 (G)	102
MgP ₄	mp-384	5 5 3 (G)	40
MnAl ₁₂	mp-1104165	4 4 4 (M)	57
MoSe ₂	mp-1634	9 9 2 (G)	34
NaS	mp-2400	6 6 3 (G)	32
Na	mp-10172	8 8 4 (G)	8
Nb ₃ Ir	mp-1458	5 5 5 (G)	72
NbGa ₃	mp-1973	8 8 6 (M)	36
PI ₂	mp-29443	6 4 3 (G)	24
PbSe	mp-2201	7 7 7 (G)	13
RbI	mp-22903	6 6 6 (G)	9
Sc ₅ Ge ₃	mp-17190	3 3 5 (G)	154
ScAg ₂	mp-1018128	8 8 5 (G)	28
ScTe	mp-10026	7 7 4 (G)	28
SnPt	mp-19856	7 7 5 (G)	36
SrO ₂	mp-2697	8 8 7 (G)	13
SrSi	mp-2661	7 6 4 (G)	18
Ta ₅ Ge ₃	mp-17593	4 4 4 (M)	144
TaP	mp-1067587	9 9 4 (G)	26
TaSb ₂	mp-11697	8 5 4 (G)	34
Te ₂ Pd	mp-782	7 7 5 (G)	17
Te ₂ Ru	mp-267	7 5 4 (G)	34
TeO ₂	mp-8377	6 5 3 (G)	48
Ti ₃ In	mp-866046	5 5 6 (G)	72
Ti ₃ Pt	mp-2339	5 5 5 (G)	72
TiBe ₁₂	mp-1104067	7 5 5 (G)	69
TiNi	mp-1048	10 7 6 (G)	36
TiO	mp-1071163	10 6 6 (G)	39
TiSi ₂	mp-1077503	8 8 4 (M)	34
TlCl	mp-571079	6 6 4 (M)	26
VNi ₂	mp-11531	12 8 7 (G)	27
WO ₂	mp-1524394	6 5 5 (G)	68
Zr ₂ Au	mp-2348	9 9 4 (G)	29
Zr ₅ Pb ₃	mp-681992	3 3 5 (G)	154
ZrMo ₂	mp-2049	6 6 6 (G)	56
Si	mp-149	8 8 8 (G)	100
NaCl	mp-22862	8 8 8 (G)	100
AlNi	mp-1487	10 10 10 (M)	100
Expérimental, métastable ($n = 63$)			
CdI ₂	mp-567259	7 7 4 (G)	17
MgCl ₂	mp-570259	8 8 5 (G)	12
C	mp-169	12 12 8 (M)	100
ZrBr	mp-1065846	8 8 3 (G)	28
Li ₃ Hg	mp-1646	7 7 7 (G)	24
Ta ₇ Co ₆	mp-1104548	6 6 3 (G)	117
CaGa ₄	mp-2461	7 7 5 (G)	41
InCl	mp-571636	6 6 4 (M)	26

Table S7 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
NiB	mp-14019	10 10 7 (G)	26
MgH ₂	mp-23711	6 5 5 (G)	24
Sn ₇ Ir ₅	mp-20466	4 4 4 (M)	108
NaN ₃	mp-1066400	7 7 7 (G)	16
ClF ₃	mp-556767	6 4 3 (G)	64
SiS ₂	mp-1095294	5 4 3 (G)	48
Sr ₅ Sn ₃	mp-17720	3 3 3 (G)	104
Te ₂ Ir	mp-1551	7 5 2 (G)	51
Li ₁₃ Sn ₅	mp-30769	6 6 1 (G)	110
H ₃ N	mp-643432	8 5 5 (G)	28
Cs ₂ Se	mp-1011696	5 3 2 (G)	56
In ₃ Ir	mp-630976	4 4 4 (M)	144
HI	mp-697025	3 3 3 (G)	40
Rb ₂ Hg ₇	mp-31474	4 4 4 (G)	73
PbAu ₂	mp-19871	5 5 5 (G)	54
BeCu	mp-2323	10 10 10 (M)	100
SiO ₂	mp-546794	6 6 6 (M)	24
IF ₇	mp-27988	5 5 3 (G)	64
K	mp-10157	6 6 6 (G)	5
Al ₃ Os ₂	mp-16521	9 9 3 (G)	30
Nb ₂ O ₅	mp-1595	7 7 4 (G)	38
LiBr	mp-23259	8 8 8 (G)	100
ZnAg	mp-1912	9 9 9 (G)	18
MgPd ₃	mp-7753	7 7 7 (G)	31
AsPd ₂	mp-1080831	8 4 4 (G)	66
GeSe ₂	mp-10074	5 5 5 (G)	34
Re ₃ Ge ₇	mp-29141	9 6 1 (G)	180
Cu ₃ Ge	mp-19724	6 6 5 (G)	72
Ti ₃ Ge	mp-1189044	4 4 4 (M)	144
ZrGa ₃	mp-30685	7 7 5 (G)	37
SrAl ₂	mp-1638	5 5 5 (G)	26
NiS	mp-1547	6 6 6 (M)	39
Al ₁₂ W	mp-11227	4 4 4 (M)	57
CsH	mp-632319	7 7 7 (G)	6
CaGa ₂	mp-992	7 7 6 (G)	23
NiHg ₄	mp-570835	6 6 6 (M)	45
SiRh	mp-2287	6 6 5 (G)	52
BaSn ₅	mp-571353	5 5 4 (G)	50
PS	mp-612	4 4 3 (G)	64
AsRh	mp-22079	8 5 4 (G)	52
Te ₂ Au	mp-567525	7 7 5 (G)	17
Be ₃ N ₂	mp-6977	10 10 3 (G)	46
Y ₂ O ₃	mp-558573	8 4 3 (G)	96
AgO	mp-1079720	8 5 5 (G)	52
FeTe ₂	mp-1102002	4 4 4 (M)	68
H ₂ O	mp-2739191	7 7 4 (G)	24
CdO ₂	mp-2310	5 5 5 (G)	68
Mo ₃ Se ₄	mp-21021	4 4 4 (M)	86
PbSe	mp-22009	6 6 2 (G)	26
Be ₁₂ Pd	mp-12666	6 6 6 (M)	69
Sr ₂ As	mp-15697	6 6 3 (G)	28
AsRh ₂	mp-1102364	7 4 3 (G)	88
ZrRh	mp-2808	8 8 8 (M)	19
K ₂ S	mp-559278	5 5 4 (G)	28
Ge ₄ Rh	mp-1104286	4 4 3 (G)	135

Table S7 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
Théorique, métastable ($n = 60$)			
Li ₃ Ag	mp-976408	7 7 7 (G)	24
Y ₃ Co	mp-1189329	3 4 4 (G)	156
TiNi	mp-1067248	10 7 6 (G)	36
TaP	mp-1187244	9 9 9 (G)	13
Sr ₃ As ₄	mp-678007	3 3 4 (G)	62
Ga ₂ Se ₃	mp-1224809	5 5 5 (G)	30
MnN	mp-1009130	10 10 10 (G)	13
BeCl ₂	mp-1190080	3 3 3 (G)	78
MgSn	mp-1094801	8 8 6 (M)	13
TiW	mp-1216621	10 10 6 (M)	18
SrTl ₃	mp-1206636	5 5 5 (G)	32
IrCl ₃	mp-729507	3 3 6 (G)	84
Ta ₄ C ₃	mp-1218000	6 6 6 (M)	48
Sc ₂ O ₃	mp-755313	6 5 6 (G)	64
SnBr ₂	mp-978985	4 4 6 (M)	34
Sn ₇ Pd ₅	mp-1219006	5 5 3 (G)	108
Tl ₄ Sn	mp-1216560	5 5 5 (G)	45
LiTl ₃	mp-1185253	6 6 6 (M)	32
PtCl ₂	mp-1219748	5 5 4 (G)	34
HCl	mp-684609	7 7 7 (G)	5
MgSn	mp-1094669	8 8 8 (M)	13
K ₅ As ₄	mp-684799	4 4 3 (G)	41
KSn ₃	mp-1185151	4 4 5 (G)	64
NbS ₂	mp-774873	10 6 2 (M)	34
YAg ₃	mp-1187811	6 6 6 (G)	37
B ₃ Ir ₂	mp-1228647	9 5 4 (G)	60
TiMo ₂	mp-1216675	5 6 14 (G)	27
Cr ₂ C	mp-1226378	10 10 7 (G)	22
ZrO ₂	mp-775909	10 6 4 (M)	36
Zn	mp-2647117	11 11 11 (G)	9
IN ₂	mp-1097011	5 5 5 (G)	24
CoSe ₂	mp-1390196	4 4 4 (G)	68
GeS	mp-12910	7 7 5 (G)	26
ZrTi	mp-1215236	9 9 6 (G)	19
VCu ₃	mp-1095057	7 6 6 (G)	72
Tl ₃ Ga	mp-1187539	5 5 5 (G)	36
CaGe ₂	mp-643542	7 7 6 (G)	23
NbRh ₂	mp-1220414	10 6 4 (M)	54
TcW	mp-1217337	10 10 6 (M)	18
MgF ₂	mp-560236	6 6 5 (G)	24
VN	mp-1017532	11 11 5 (G)	26
Na ₂ Cl	mp-990084	6 6 6 (M)	12
ZnPb ₃	mp-1187949	5 5 5 (G)	36
Sr ₃ Sn	mp-1187136	5 5 5 (G)	24
TaRe	mp-1217894	10 10 6 (M)	18
Al ₄ Si	mp-1228120	6 6 6 (M)	20
B ₆ Pb	mp-1096825	6 6 6 (M)	33
ScTc ₃	mp-867262	7 7 7 (G)	37
CrMo	mp-1226200	11 11 7 (G)	18
BPd ₅	mp-1228665	6 6 6 (M)	49
Zr ₃ Be	mp-1188016	6 6 6 (M)	35
Na ₃ Cl	mp-1064484	8 8 3 (G)	16
SiAu ₃	mp-1186998	7 7 7 (G)	31
InSe ₂	mp-1232036	7 7 3 (G)	34

Table S7 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
TiSi ₂	mp-570991	8 8 8 (M)	17
BeAu ₃	mp-983539	7 7 7 (G)	32
Zr ₃ Ge	mp-1188039	4 4 6 (G)	78
AlSb	mp-1023918	6 6 5 (G)	16
Mg ₁₅ B	mp-1023515	4 4 3 (G)	64
HfMo	mp-1224314	10 10 6 (M)	18

E Éléments et allotropes

Chaque structure à un seul élément sans polymorphe apparié dans le jeu de données : les références élémentaires (**ELEMENT_REFERENCE**) utilisées pour décomposer les composés multi-éléments. Un composé expérimental porte une étoile en exposant sur sa formule (noire si c'est la phase stable, rouge si c'est un polymorphe/allotrope métastable) ; une formule non marquée est théorique. Généré automatiquement par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE S8: Éléments et allotropes sans polymorphe apparié de la campagne **extension** : références utilisées pour la décomposition des composés multi-éléments. Les allotropes ayant un ou plusieurs autres allotropes calculés dans ce jeu de données (p. ex. le carbone) sont regroupés dans le Tableau S9, pas ici. * noir = référence expérimentale stable (phase thermodynamique) ; * rouge = référence expérimentale métastable ; non marqué = théorique. Pas de Δ ICOHP : un élément n'est pas lui-même une réaction de décomposition.

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Ag*	mp-124	Fm-3m	0.0021
Al*	mp-134	Fm-3m	0.0000
As*	mp-158	Cmce	0.0000
Au*	mp-81	Fm-3m	0.0000
B*	mp-160	R-3m	0.0000
Ba*	mp-122	Im-3m	0.0000
Be*	mp-87	P6_3/mmc	0.0000
Br*	mp-23154	Cmce	0.0000
Ca*	mp-21	Im-3m	0.0056
Cd*	mp-94	P6_3/mmc	0.0000
Cl ₂ *	mp-22848	Cmce	0.0000
Co*	mp-102	Fm-3m	0.0000
Cr*	mp-90	Im-3m	0.0000
Cs*	mp-1	Im-3m	0.0193
Cu*	mp-30	Fm-3m	0.0000
F ₂ *	mp-561203	C2/c	0.0031
Fe*	mp-13	Im-3m	0.0000
Ga*	mp-142	Cmce	0.0000
Ge*	mp-32	Fd-3m	0.0000
H ₂ *	mp-730101	P2_12_12_1	0.0000
Hf*	mp-103	P6_3/mmc	0.0000
Hg*	mp-10861	P6/mmm	0.0030
I*	mp-23153	Cmce	0.0000
In*	mp-1055994	I4/mmm	0.0045
Ir*	mp-101	Fm-3m	0.0000
Li*	mp-1018134	R-3m	0.0000

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Mg*	mp-153	P6_3/mmc	0.0000
Mn*	mp-35	I-43m	0.0000
Mo*	mp-129	Im-3m	0.0000
N ₂	mp-1059834	Imma	1.1010
Nb*	mp-75	Im-3m	0.0000
Ni*	mp-23	Fm-3m	0.0000
O ₂ *	mp-1524462	C2/m	0.0000
Os*	mp-49	P6_3/mmc	0.0000
P*	mp-568348	P2/c	0.0000
Pb*	mp-20483	Fm-3m	0.0000
Pd*	mp-2	Fm-3m	0.0000
Pt*	mp-126	Fm-3m	0.0000
Rb*	mp-70	Im-3m	0.0092
Re*	mp-8	P6_3/mmc	0.0036
Rh*	mp-74	Fm-3m	0.0000
Ru*	mp-33	P6_3/mmc	0.0000
S*	mp-77	Fddd	0.0000
Sb*	mp-104	R-3m	0.0000
Sc*	mp-67	P6_3/mmc	0.0000
Se*	mp-14	P3_121	0.0011
Sn*	mp-623511	I4/mmm	0.0614
Sr*	mp-139	P6_3/mmc	0.0000
Ta*	mp-50	Im-3m	0.0091
Tc*	mp-113	P6_3/mmc	0.0000
Te*	mp-19	P3_121	0.0000
Ti*	mp-46	P6_3/mmc	0.0152
Tl*	mp-82	P6_3/mmc	0.0000
V*	mp-146	Im-3m	0.0000
W*	mp-91	Im-3m	0.0000
Y*	mp-112	P6_3/mmc	0.0000
Zn*	mp-79	P6_3/mmc	0.0000
Zr*	mp-131	P6_3/mmc	0.0000

F Polymorphes et allotropes

Éléments et composés ayant plusieurs entrées de même formule dans le jeu de données, regroupés ici plutôt que dispersés dans les tableaux d'éléments/composés (voir la légende du tableau pour le détail).

TABLE S9: Éléments (allotropes) et composés (polymorphes) ayant **plusieurs entrées de même formule** dans la campagne **extension** (54 groupes, 130 entrées) — regroupés ici plutôt que dispersés dans les tableaux d'éléments/composés, car la comparaison naturelle pour un groupe de polymorphes est polymorphe-à-polymorphe, pas la réaction de décomposition en éléments (d'où l'absence de colonne ΔICOHP). Un trait sépare chaque groupe; au sein d'un groupe, tri par E_{hull} croissant. * noir = expérimental stable; * rouge = expérimental métastable; non marqué = théorique.

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
AgN*	mp-1091417	Cmce	1.5201
AgN	mp-1009766	F-43m	1.5495
AgN	mp-1428312	Pm-3m	1.6519

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
AgN	mp-1424734	Ama2	1.9196
BaF ₃ *	mp-1080821	P2 ₁ /m	0.0000
BaF ₃	mp-1183303	I4 ₁ /mmm	0.0612
BaO*	mp-1008500	P6 ₃ /mmc	0.0189
BaO	mp-1950989	P6 ₃ /mmc	0.0434
Be ₃ N ₂ *	mp-18337	Ia-3	0.0000
Be ₃ N ₂	mp-1017550	P-3m1	0.2081
Be ₃ P ₂ *	mp-567841	Ia-3	0.0000
Be ₃ P ₂	mp-1084771	Pn-3m	0.1567
BeCl ₂ *	mp-23267	Ibam	0.0087
BeCl ₂	mp-1172909	I-43m	3.1688
BeF ₂ *	mp-15951	P3 ₁ 21	0.0004
BeF ₂	mp-975644	P6 ₃ /mmm	2.5181
BeO	mp-1778	F-43m	0.0070
BeO*	mp-7599	P4 ₁ 2/mnm	0.0153
Bi ₂ O ₃ *	mp-558953	P2 ₁ /c	0.6000
Bi ₂ O ₃	mp-674644	P1	0.6199
Bi ₂ O ₃	mp-1383505	P1	0.9068
Bi ₂ O ₃	mp-714859	P1	2.4029
C*	mp-48	P6 ₃ /mmc	0.0031
C*	mp-66	Fd-3m	0.1123
C*	mp-47	P6 ₃ /mmc	0.1395
C	mp-1190171	Pnma	0.2927
C	mp-1080826	C2/m	0.3009
C ₃ N ₄ *	mp-571653	P-43m	0.4981
C ₃ N ₄	mp-2852	I-43d	0.5033
C ₃ N ₄	mp-1182484	P6 ₃ /m	0.5848
C ₃ N ₄	mp-563	Fd-3m	1.5119
Ca ₃ N ₂ *	mp-844	Ia-3	0.0000
Ca ₃ N ₂ *	mp-1047	R-3c	0.0167
Ca ₃ N ₂	mp-1013524	Pm-3m	0.5112
CaCl ₂ *	mp-23214	Pnnm	0.0011
CaCl ₂	mp-1120739	Fm-3m	0.0422
CaF ₂ *	mp-10464	Pnma	0.0346
CaF ₂	mp-554355	P4 ₁ /mmm	0.2403
CaO*	mp-2605	Fm-3m	0.0000
CaO*	mp-1079707	Cmce	0.2098
CaO	mp-1181903	Fd-3m	2.7281
CsN ₃ *	mp-510557	I4 ₁ /mcm	0.0000
CsN ₃	mp-1225892	P4 ₁ /mmm	0.0113
CsO ₂ *	mp-1441	I4 ₁ /mmm	0.0349
CsO ₂	mp-1096936	Cmmm	0.0940
CsP ₇ *	mp-1201790	Pbcm	0.0000
CsP ₇	mp-1213206	Pca2 ₁	0.0001
K ₂ O*	mp-971	Fm-3m	0.0000
K ₂ O	mp-1223784	P4 ₁ /mmm	0.2000
KF ₃	mp-2749823	P2 ₁	0.0119

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
KF ₃ *	mp-1544557	P2_12_12_1	0.0125
KN ₂ *	mp-1071868	Cmc2_1	1.1630
KN ₂	mp-1180757	Cmcm	1.2293
KP*	mp-1058315	R-3m	1.0080
KP	mp-1057787	Immm	1.0092
Li ₂ O*	mp-1960	Fm-3m	0.0000
Li ₂ O	mp-755894	Pnma	0.0844
Li ₂ S*	mp-1125	Pnma	0.0615
Li ₂ S	mp-557142	P6_3/mmc	0.1750
LiCl	mp-1185319	P6_3mc	0.0039
LiCl*	mp-22905	Fm-3m	0.0243
LiF*	mp-1138	Fm-3m	0.0000
LiF	mp-1009009	Pm-3m	0.2875
LiP ₅ *	mp-2412	Pna2_1	0.0077
LiP ₅	mp-32760	Pna2_1	0.0963
MgCl ₂ *	mp-23210	R-3m	0.0000
MgCl ₂	mp-569626	Ama2	0.1991
MgF ₂ *	mp-1072956	Pnnm	0.0025
MgF ₂	mp-1062842	Amm2	0.2636
MgO*	mp-549706	P6_3mc	0.1180
MgO	mp-1009127	Pm-3m	0.7484
MgS*	mp-1315	Fm-3m	0.0000
MgS	mp-13032	F-43m	0.0343
Na ₂ O*	mp-2352	Fm-3m	0.0000
Na ₂ O	mp-1975297	C2/m	0.0981
NaN ₃ *	mp-22003	R-3m	0.0017
NaN ₃	mp-1065265	C2/m	1.0162
NaS*	mp-409	P-62m	0.0023
NaS	mp-1180106	C2/m	1.0061
NbO*	mp-2692	Fm-3m	0.7888
NbO	mp-634965	P4/mmm	0.8240
NbP*	mp-9830	I4_1/amd	0.6021
NbP	mp-1220317	Cmmm	0.6209
OsC*	mp-7142	P-6m2	0.9161
OsC	mp-999308	P6_3/mmc	0.9278
OsC	mp-1009539	Fm-3m	1.3918
OsC	mp-1009537	Pm-3m	1.4795
Rb ₂ O*	mp-1394	Fm-3m	0.0032
Rb ₂ O	mp-2023482	P-3m1	0.0479
RbF	mp-11718	Fm-3m	0.0000
RbF*	mp-2064	Pm-3m	0.0516
RbN ₃ *	mp-581833	P4/mmm	0.0193
RbN ₃	mp-1219567	Amm2	0.7966
RbP*	mp-1179688	C2/m	0.9879
RbP	mp-1058499	Immm	0.9882
RbS*	mp-558071	Immm	0.0019

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
RbS	mp-1179684	C2/m	0.9975
ReC*	mp-1079494	P6 ₃ /mmc	0.6362
ReC	mp-1009731	Pm-3m	1.1150
RuC*	mp-10030	P-6m2	0.6494
RuC	mp-1009787	Fm-3m	0.9097
SN*	COD :7017102	P2 ₁ /c	—
SN*	mp-236	P2 ₁ /c	0.5087
SN	mp-684642	P2 ₁	0.5498
SN	mp-1173453	P2 ₁	0.7225
SN	mp-1078816	P2 ₁ /c	0.8090
SiO ₂ *	mp-9258	Pa-3	0.5770
SiO ₂	mp-10064	Fm-3m	1.2779
SiO ₂	mp-556044	P-31c	1.4574
SiO ₂	mp-638049	F4 ₁₃₂	1.7448
Sr ₃ P ₄ *	mp-14288	Fdd2	0.0000
Sr ₃ P ₄	mp-682953	P1	0.0081
SrF ₂	mp-1102911	Pnma	0.0267
SrF ₂ *	mp-1102240	Pnma	0.0646
SrO ₂ *	mp-726705	Pnma	0.0096
SrO ₂	mp-2763179	Pnma	0.0110
TaN*	mp-1497	P6/mmm	0.4516
TaN	mp-1009833	F-43m	0.4917
TaN	mp-1009831	Pm-3m	0.8163
TiO ₂ *	mp-1439	Pbcn	0.0045
TiO ₂ *	mp-430	P2 ₁ /c	0.0395
TiO ₂ *	mp-9173	Pnma	0.0575
TlC*	mp-567465	Fm-3m	2.1080
TlC	mp-1058887	P4/mmm	2.3757
TiN*	mp-1017982	P6 ₃ mc	0.7334
TiN	mp-1007778	F-43m	0.7337
TiN	mp-1002222	Fm-3m	0.9712
WC*	mp-13136	Fm-3m	0.4477
WC	mp-1008635	F-43m	0.6729
WC	mp-1008630	Pm-3m	0.8990

G Composés cibles

Chaque composé cible multi-élément sans polymorphe apparié dans le jeu de données, avec le Δ ICOHP par atome et son étiquette endobondic/exobondic lorsqu'une réaction de décomposition de cas 1 a pu être calculée. Généré automatiquement depuis `analysis/reaction_icohp_case1.csv` et `analysis/reaction_analysis_case1_full.csv` par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE S10: Composés cibles sans polymorphe apparié de la campagne **extension**. Les formules ayant plusieurs entrées dans ce jeu de données sont regroupées dans le Tableau S9, pas ici. * noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ΔICOHP par atome en convention produits – réactifs (**reaction_analysis**); “–” si aucune réaction de cas 1 n’a pu être calculée (référence élémentaire manquante).

Formule	mp-id / COD	Groupe d’espace	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP}/\text{at.}$ (eV)	Étiquette
Ba ₅ P ₄ *	mp-17566	Pnma	0.0000	-0.9590	exobondic
BaCl ₂ *	mp-23199	Pnma	0.0068	-0.2244	exobondic
BaN ₂ *	mp-1102371	Cc	2.0568	-8.6248	exobondic
BaS ₃ *	mp-556296	P2_12_12	0.0436	-0.6233	exobondic
CaN*	mp-1058549	Fm-3m	0.3982	-4.9183	exobondic
Cs ₂ S*	mp-1077814	P6_3/mmc	0.0667	0.9554	endobondic
CsCl*	mp-573697	Fm-3m	0.0071	0.8830	endobondic
CsF*	mp-8455	Pm-3m	0.1088	3.8464	endobondic
K ₂ S*	mp-1022	Fm-3m	0.0000	-0.3359	exobondic
KCl*	mp-23289	Pm-3m	0.0776	0.7616	endobondic
KN ₃	mp-636056	I4/mcm	1.0370	-5.9991	exobondic
Li ₃ N*	mp-2341	P6_3/mmc	0.0039	0.6165	endobondic
Mn ₂ O ₇ *	mp-28338	P2_1/c	0.3346	-1.4687	exobondic
MnO ₂ *	mp-510408	P4_2/mnm	0.0464	-0.5274	exobondic
Na ₂ Cl	mp-1077015	Cmmm	0.2391	-0.3965	exobondic
PbN ₆ *	mp-667338	Pnma	0.1093	-2.5257	exobondic
RbCl*	mp-23299	Pm-3m	0.0298	1.7924	endobondic
S ₂ N*	COD :4031496	P4_2nm	–	-0.9767	exobondic
SrN*	mp-1058586	Fm-3m	0.4343	-4.5395	exobondic
SrS*	mp-10627	Pm-3m	0.2996	-0.1088	exobondic

H Réactions endobondic

Le sous-ensemble des réactions de décomposition de cas 1 ($A_a B_b \rightarrow a A + b B$, références élémentaires à l’état standard, équilibrées par **reaction_icohp.py**) étiquetées **endobondic** ($\Delta\text{ICOHP} \geq 0$, convention produits – réactifs — signe *opposé* à la colonne **delta_icohp_per_atom** propre à **reaction_icohp.py** rapportée ailleurs dans ce projet; voir la docstring de **delta.py**).

TABLE S11: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **endobondic** ($\Delta\text{ICOHP} \geq 0$, produits – réactifs) parmi les 208 composés de la campagne **extension**. * = composé de départ expérimental (non marqué = théorique).

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP}/\text{at.}$ (eV)
0.3333 Be ₃ N ₂ $\rightarrow$ Be + 0.3333 N ₂	mp-1017550	0.2081	0.3960
BeCl ₂ * $\rightarrow$ Be + Cl ₂	mp-23267	0.0087	1.8204
BeF ₂ * $\rightarrow$ Be + F ₂	mp-15951	0.0004	3.1514
BeO* $\rightarrow$ Be + 0.5 O ₂	mp-7599	0.0153	2.7864
BeO $\rightarrow$ Be + 0.5 O ₂	mp-1778	0.0070	4.4391
0.3333 C ₃ N ₄ * $\rightarrow$ C + 0.6667 N ₂	mp-571653	0.4981	1.1208
0.3333 C ₃ N ₄ $\rightarrow$ C + 0.6667 N ₂	mp-2852	0.5033	1.8456
0.5 Cs ₂ S* $\rightarrow$ Cs + 0.5 S	mp-1077814	0.0667	0.9554
CsCl* $\rightarrow$ Cs + 0.5 Cl ₂	mp-573697	0.0071	0.8830

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
$\text{CsF}^* \rightarrow \text{Cs} + 0.5 \text{ F}_2$	mp-8455	0.1088	3.8464
$\text{CsO}_2^* \rightarrow \text{Cs} + \text{O}_2$	mp-1441	0.0349	0.0666
$\text{CsO}_2 \rightarrow \text{Cs} + \text{O}_2$	mp-1096936	0.0940	0.7743
$\text{KCl}^* \rightarrow \text{K} + 0.5 \text{ Cl}_2$	mp-23289	0.0776	0.7616
$0.5 \text{ Li}_2\text{O}^* \rightarrow \text{Li} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1960	0.0000	2.3366
$0.5 \text{ Li}_2\text{O} \rightarrow \text{Li} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-755894	0.0844	1.9481
$0.5 \text{ Li}_2\text{S}^* \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ S}$	mp-1125	0.0615	1.8505
$0.5 \text{ Li}_2\text{S} \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ S}$	mp-557142	0.1750	1.5052
$0.3333 \text{ Li}_3\text{N}^* \rightarrow \text{Li} + 0.1667 \text{ N}_2$	mp-2341	0.0039	0.6165
$\text{LiCl}^* \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ Cl}_2$	mp-22905	0.0243	2.8030
$\text{LiCl} \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ Cl}_2$	mp-1185319	0.0039	2.5005
$\text{LiF}^* \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ F}_2$	mp-1138	0.0000	4.4673
$\text{LiF} \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ F}_2$	mp-1009009	0.2875	4.5131
$\text{LiP}_5^* \rightarrow \text{Li} + 5 \text{ P}$	mp-2412	0.0077	0.9043
$\text{LiP}_5 \rightarrow \text{Li} + 5 \text{ P}$	mp-32760	0.0963	0.8692
$\text{MgCl}_2^* \rightarrow \text{Mg} + \text{Cl}_2$	mp-23210	0.0000	0.1568
$\text{MgF}_2^* \rightarrow \text{Mg} + \text{F}_2$	mp-1072956	0.0025	0.0015
$\text{MgF}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{F}_2$	mp-1062842	0.2636	0.0229
$0.5 \text{ Rb}_2\text{O}^* \rightarrow \text{Rb} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1394	0.0032	0.7235
$\text{RbCl}^* \rightarrow \text{Rb} + 0.5 \text{ Cl}_2$	mp-23299	0.0298	1.7924
$\text{RbF}^* \rightarrow \text{Rb} + 0.5 \text{ F}_2$	mp-2064	0.0516	3.9244
$\text{RbF} \rightarrow \text{Rb} + 0.5 \text{ F}_2$	mp-11718	0.0000	1.9497
$\text{SiO}_2^* \rightarrow \text{Si} + \text{O}_2$	mp-9258	0.5770	3.3332
$\text{SiO}_2 \rightarrow \text{Si} + \text{O}_2$	mp-10064	1.2779	2.1735
$\text{SiO}_2 \rightarrow \text{Si} + \text{O}_2$	mp-556044	1.4574	0.0958
$\text{SiO}_2 \rightarrow \text{Si} + \text{O}_2$	mp-638049	1.7448	0.3849

I Réactions exobondic

Le sous-ensemble complémentaire **exobondic** ($\Delta\text{ICOHP} < 0$), même convention et provenance que l'Annexe H.

TABLE S12: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **exobondic** ($\Delta\text{ICOHP} < 0$, produits – réactifs) parmi les 208 composés de la campagne **extension**. * = composé de départ expérimental (non marqué = théorique).

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
$\text{AgN}^* \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1091417	1.5201	-7.5875
$\text{AgN} \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1009766	1.5495	-6.4957
$\text{AgN} \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1424734	1.9196	-8.0907
$\text{AgN} \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1428312	1.6519	-5.3559
$0.2 \text{ Ba}_5\text{P}_4^* \rightarrow \text{Ba} + 0.8 \text{ P}$	mp-17566	0.0000	-0.9590
$\text{BaCl}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{Cl}_2$	mp-23199	0.0068	-0.2244
$\text{BaF}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1080821	0.0000	-0.8680
$\text{BaF}_3 \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1183303	0.0612	-0.2493
$\text{BaN}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{N}_2$	mp-1102371	2.0568	-8.6248
$\text{BaO}^* \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1008500	0.0189	-0.3221
$\text{BaO} \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1950989	0.0434	-1.6129
$\text{BaS}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 3 \text{ S}$	mp-556296	0.0436	-0.6233
$0.3333 \text{ Be}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-18337	0.0000	-0.0746
$0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$	mp-567841	0.0000	-0.2111
$0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2 \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$	mp-1084771	0.1567	-0.1795
$\text{BeCl}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{Cl}_2$	mp-1172909	3.1688	-5.7807

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	Δ ICOHP/at. (eV)
$\text{BeF}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{F}_2$	mp-975644	2.5181	-0.6816
$0.3333 \text{ C}_3\text{N}_4 \rightarrow \text{C} + 0.6667 \text{ N}_2$	mp-1182484	0.5848	-3.6399
$0.3333 \text{ C}_3\text{N}_4 \rightarrow \text{C} + 0.6667 \text{ N}_2$	mp-563	1.5119	-0.4498
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-1047	0.0167	-4.4881
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-844	0.0000	-4.4374
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2 \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-1013524	0.5112	-4.4898
$\text{CaCl}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$	mp-23214	0.0011	-0.3199
$\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$	mp-1120739	0.0422	-0.2208
$\text{CaF}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$	mp-10464	0.0346	-0.2227
$\text{CaF}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$	mp-554355	0.2403	-0.1814
$\text{CaN}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1058549	0.3982	-4.9183
$\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1079707	0.2098	-2.2127
$\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-2605	0.0000	-0.9525
$\text{CaO} \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1181903	2.7281	-2.9971
$\text{CsN}_3^* \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-510557	0.0000	-2.2903
$\text{CsN}_3 \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1225892	0.0113	-1.6664
$\text{CsP}_7^* \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$	mp-1201790	0.0000	-0.2978
$\text{CsP}_7 \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$	mp-1213206	0.0001	-0.2667
$0.5 \text{ K}_2\text{O}^* \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-971	0.0000	-0.4357
$0.5 \text{ K}_2\text{O} \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1223784	0.2000	-1.5638
$0.5 \text{ K}_2\text{S}^* \rightarrow \text{K} + 0.5 \text{ S}$	mp-1022	0.0000	-0.3359
$\text{KF}_3^* \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1544557	0.0125	-1.1511
$\text{KF}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-2749823	0.0119	-1.1505
$\text{KN}_2^* \rightarrow \text{K} + \text{N}_2$	mp-1071868	1.1630	-3.4244
$\text{KN}_2 \rightarrow \text{K} + \text{N}_2$	mp-1180757	1.2293	-4.2865
$\text{KN}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-636056	1.0370	-5.9991
$\text{KP}^* \rightarrow \text{K} + \text{P}$	mp-1058315	1.0080	-2.1600
$\text{KP} \rightarrow \text{K} + \text{P}$	mp-1057787	1.0092	-2.1366
$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{Cl}_2$	mp-569626	0.1991	-0.0862
$\text{MgO}^* \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-549706	0.1180	-1.4179
$\text{MgO} \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1009127	0.7484	-1.0763
$\text{MgS}^* \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	mp-1315	0.0000	-0.3401
$\text{MgS} \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	mp-13032	0.0343	-0.4163
$0.5 \text{ Mn}_2\text{O}_7^* \rightarrow \text{Mn} + 1.75 \text{ O}_2$	mp-28338	0.3346	-1.4687
$\text{MnO}_2^* \rightarrow \text{Mn} + \text{O}_2$	mp-510408	0.0464	-0.5274
$0.5 \text{ Na}_2\text{Cl} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ Cl}_2$	mp-1077015	0.2391	-0.3965
$0.5 \text{ Na}_2\text{O}^* \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-2352	0.0000	-1.3057
$0.5 \text{ Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1975297	0.0981	-1.5619
$\text{NaN}_3^* \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-22003	0.0017	-1.5201
$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1065265	1.0162	-5.4248
$\text{NaS}^* \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	mp-409	0.0023	-0.4911
$\text{NaS} \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	mp-1180106	1.0061	-2.3999
$\text{NbO}^* \rightarrow \text{Nb} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-2692	0.7888	-2.3179
$\text{NbO} \rightarrow \text{Nb} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-634965	0.8240	-3.1495
$\text{NbP}^* \rightarrow \text{Nb} + \text{P}$	mp-9830	0.6021	-2.4724
$\text{NbP} \rightarrow \text{Nb} + \text{P}$	mp-1220317	0.6209	-1.1731
$\text{OsC}^* \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-7142	0.9161	-2.0168
$\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-1009537	1.4795	-2.3184
$\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-1009539	1.3918	-3.1141
$\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-999308	0.9278	-2.9572
$\text{PbN}_6^* \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{ N}_2$	mp-667338	0.1093	-2.5257
$0.5 \text{ Rb}_2\text{O} \rightarrow \text{Rb} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-2023482	0.0479	-0.7592
$\text{RbN}_3^* \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-581833	0.0193	-1.3478
$\text{RbN}_3 \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1219567	0.7966	-3.5636
$\text{RbP}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	mp-1179688	0.9879	-1.9315
$\text{RbP} \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	mp-1058499	0.9882	-1.9104

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	Δ ICOHP/at. (eV)
RbS* $\rightarrow$ Rb + S	mp-558071	0.0019	-0.3217
RbS $\rightarrow$ Rb + S	mp-1179684	0.9975	-2.7347
ReC* $\rightarrow$ Re + C	mp-1079494	0.6362	-2.6625
ReC $\rightarrow$ Re + C	mp-1009731	1.1150	-1.9955
RuC* $\rightarrow$ Ru + C	mp-10030	0.6494	-2.1301
RuC $\rightarrow$ Ru + C	mp-1009787	0.9097	-2.8605
0.5 S ₂ N* $\rightarrow$ S + 0.25 N ₂	COD :4031496	—	-0.9767
SN* $\rightarrow$ S + 0.5 N ₂	COD :7017102	—	-1.3963
SN* $\rightarrow$ S + 0.5 N ₂	mp-236	0.5087	-2.3179
SN $\rightarrow$ S + 0.5 N ₂	mp-1078816	0.8090	-3.7082
SN $\rightarrow$ S + 0.5 N ₂	mp-1173453	0.7225	-3.1673
SN $\rightarrow$ S + 0.5 N ₂	mp-684642	0.5498	-1.7362
0.3333 Sr ₃ P ₄ * $\rightarrow$ Sr + 1.333 P	mp-14288	0.0000	-1.0472
0.3333 Sr ₃ P ₄ $\rightarrow$ Sr + 1.333 P	mp-682953	0.0081	-1.0793
SrF ₂ * $\rightarrow$ Sr + F ₂	mp-1102240	0.0646	-0.5421
SrF ₂ $\rightarrow$ Sr + F ₂	mp-1102911	0.0267	-0.1481
SrN* $\rightarrow$ Sr + 0.5 N ₂	mp-1058586	0.4343	-4.5395
SrO ₂ * $\rightarrow$ Sr + O ₂	mp-726705	0.0096	-1.9205
SrO ₂ $\rightarrow$ Sr + O ₂	mp-2763179	0.0110	-1.7522
SrS* $\rightarrow$ Sr + S	mp-10627	0.2996	-0.1088
TaN* $\rightarrow$ Ta + 0.5 N ₂	mp-1497	0.4516	-5.9309
TaN $\rightarrow$ Ta + 0.5 N ₂	mp-1009831	0.8163	-4.0540
TaN $\rightarrow$ Ta + 0.5 N ₂	mp-1009833	0.4917	-5.3385
TiO ₂ * $\rightarrow$ Ti + O ₂	mp-1439	0.0045	-0.6461
TiO ₂ * $\rightarrow$ Ti + O ₂	mp-9173	0.0575	-0.6509
TiO ₂ * $\rightarrow$ Ti + O ₂	mp-430	0.0395	-0.6267
TlC* $\rightarrow$ Tl + C	mp-567465	2.1080	-3.1404
TlC $\rightarrow$ Tl + C	mp-1058887	2.3757	-3.3638
TlN* $\rightarrow$ Tl + 0.5 N ₂	mp-1017982	0.7334	-3.7498
TlN $\rightarrow$ Tl + 0.5 N ₂	mp-1002222	0.9712	-2.3228
TlN $\rightarrow$ Tl + 0.5 N ₂	mp-1007778	0.7337	-3.1948
WC* $\rightarrow$ W + C	mp-13136	0.4477	-6.2684
WC $\rightarrow$ W + C	mp-1008630	0.8990	-5.9400
WC $\rightarrow$ W + C	mp-1008635	0.6729	-7.7315

J Descripteurs antiliants ICOHP et ICOBI

J.1 Implémentation

Le descripteur ICOHP de population antiliante près du niveau de Fermi (§6.2, `cohp_extraction.py`) est étendu ici à l'ICOBI : même fenêtre à sens unique ($E_{\text{réf}} - \Delta E$, $E_{\text{réf}}$], même $E_{\text{réf}}$ (niveau de Fermi pour les métaux, VBM pour les composés à gap — logique totalement indépendante de la grandeur intégrée), lue cette fois dans `COBICAR.lobster/ICOBILIST.lobster` plutôt que dans `COHPCAR.lobster/ICOHPLIST.lobster` (`pymatgen.io.lobster.outputs.Cohpcar(are_cobis=True)`).

Point critique, vérifié empiriquement et non supposé : l'ICOBI n'a pas la convention de signe de l'ICOHP. Alors que « ICOHP négatif = liant » (§2.4), l'ICOBI suit la convention inverse, « ICOBI positif = liant » (comme le COOP, pas comme le COHP). Vérifié deux fois sur données réelles : (1) recoupement exact avec `ICOBILIST.lobster` (écart maximal 0,0 sur 66 étiquettes de liaison, `tests/test_cohp_extraction.py`) — `pymatgen` ne renormalise pas silencieusement le signe en passant de COHP à COBI ; (2) sur la liaison Si–O la plus forte d'`extension_SiO2_anchor` (ICOHP = $-5,599$, ICOBI = $+0,513$), la région profonde de liaison (-10 à -3 eV, loin de toute perturbation de frontière) donne un COHP(E) moyen de $-0,338$

mais un $\text{COBI}(E)$ moyen de $+0,041$ — signes opposés dans la même région physiquement liante. La partie antiliante de l'ICOB I est donc sa partie *négative*, pas positive — le sens de troncature (`integrate_icobi_antibonding_in_window()`) est délibérément le miroir de celui utilisé pour l'ICOHP, pas une copie.

Calculé sur les 394 composés disposant d'un `COBICAR.lobster` (`analysis/compute_icobi_antibonding_all.py`); 392 avec `is_metal` disponible.


J.2 Corrélation à l'énergie de formation

TABLE S13 — Corrélations de Spearman (normalisées, $\Delta E = 1,0$ eV) contre `formation_energy_per_atom` — ICOHP ($n=394$) et ICOCI ($n=392$) antiliants, même population.

Groupe	n (ICOHP)	ρ (ICOHP)	n (ICOCI)	ρ (ICOCI)
tous	391	$-0,2473^{***}$	385	$+0,2518^{***}$
covalent	40	$-0,4781^{**}$	38	$-0,1755$
ionique	53	$-0,1842$	51	$+0,1289$
métallique	88	$-0,1864$	86	$+0,0011$
<code>is_metal=False</code>	166	$-0,2621^{***}$	162	$+0,0661$
<code>is_metal=True</code>	225	$-0,0154$	223	$+0,1263$

$^{**}p < 0,01$; $^{***}p < 0,001$; aucune étoile = non significatif. Détail complet (brut + normalisé, les trois ΔE) :

`analysis/stats_summary_antibonding_joint.json`.

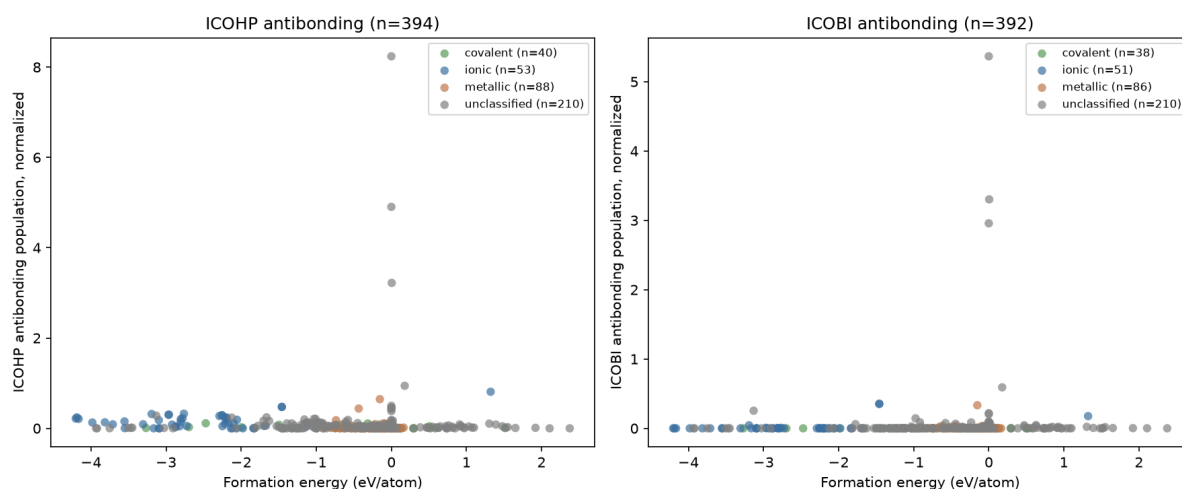

Les deux descripteurs se comportent différemment. Le signe global de l'ICOB I antiliant est *opposé* à celui de l'ICOHP antiliant (respectivement $+0,25$ et $-0,25$) — pour l'ICOHP, plus d'antiliation occupée près de E_F est associé à une formation *plus* stable (déjà noté comme contre-intuitif au §6.2) ; pour l'ICOB I , la relation va dans le sens naïvement attendu (plus d'antiliation $\Rightarrow$ moins stable). Mais **aucun sous-groupe ICOCI ne survit à la stratification** (covalent, ionique, métallique, `is_metal` : $p > 0,05$ partout) — contrairement à l'ICOHP, dont le sous-groupe covalent ($n = 40$, $\rho = -0,478$) reste le résultat stratifié le plus robuste du projet. La corrélation globale de l'ICOB I est donc, comme pour l'ICOHP de réaction (§6.3), vraisemblablement un effet de regroupement entre types de liaison plutôt qu'une relation robuste au sein d'un groupe homogène.

J.3 Δ (antiliant) de la réaction de décomposition en éléments

Pour une réaction de cas 1 (composé $\rightarrow$ éléments), le Δ (antiliant) n'est **pas** calculé par `reaction_analysis/delta.py` (qui combine des sommes ICOHP/ICOB *extensives* par unité formulaire avec des coefficients entiers) : la population antiliante près de la frontière est construite à partir de la trace « average » de LOBSTER, une grandeur *intensive* (moyennée sur toutes les liaisons, pas sommée) qui n'a pas de décomposition extensive naturelle. Convention choisie ici, documentée comme un choix méthodologique explicite plutôt qu'une réutilisation silencieuse : Δ = (moyenne des descripteurs antiliants des éléments, pondérée par fraction atomique) – (descripteur antiliant propre du composé), toujours en convention produits – réactifs. Calculé pour 320 réactions de cas 1 (`analysis/compute_delta_antibonding_case1.py`).

TABLE S14 – Corrélations de Spearman, Δ (antiliant) de la réaction de décomposition (cas 1, $n = 316$ – 320).

Descripteur	Cible	n	ρ
Δ (ICOHP antiliant)	<code>formation_energy_per_atom</code>	316	−0,6439***
Δ (ICOB <i>i</i> antiliant)	<code>formation_energy_per_atom</code>	316	−0,4457***
Δ (ICOHP antiliant)	<code>energy_above_hull</code>	320	−0,1868***
Δ (ICOB <i>i</i> antiliant)	<code>energy_above_hull</code>	320	−0,1524**

** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Δ (ICOHP antiliant) est, à ce stade, la corrélation continue la plus forte de tout le projet ($\rho = -0,644$, plus forte que l'ICOHP de réaction du §6.3, $\rho = 0,297$). Fait notable : contrairement aux valeurs brutes (signes opposés, ci-dessus), **les deux Δ vont dans le même sens** (tous deux négatifs) — la construction en delta semble aligner les deux descripteurs sur une lecture cohérente, là où leurs valeurs brutes ne le sont pas. Les deux Δ sont eux-mêmes corrélés entre eux ($\rho = 0,532$, $p < 0,001$, $n = 320$) : liés mais pas redondants.

J.4 Stratification par type de liaison

TABLE S15 – Corrélations de Spearman, Δ (antiliant) contre `formation_energy_per_atom`, par sous-groupe (cas 1, $n = 316$).

Sous-groupe	n	ρ (Δ ICOHP)	n	ρ (Δ ICOB <i>i</i>)
tous	316	−0,6439***	316	−0,4457***
covalent	29	−0,5798***	29	−0,2044
ionique	51	−0,4205**	51	+0,0608
métallique	86	−0,4858***	86	−0,4872***
<code>is_metal=False</code>	145	−0,6210***	145	−0,3248***
<code>is_metal=True</code>	171	−0,5490***	171	−0,4653***

** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$; aucune étoile = non significatif.

Δ (ICOHP antiliant) est, à ce jour, le premier descripteur de tout le projet dont la corrélation globale survit à l'intégralité des stratifications testées — covalent, ionique, métallique, `is_metal` des deux côtés, tous significatifs à $p < 0,01$ au minimum. Ce n'est le cas d'*aucun* autre descripteur de ce rapport : la population antiliante brute (§6.2) ne garde que son sous-groupe covalent, l'ICOHP de réaction (§6.3) perd toute stratification `bond_type` et ne survit que sur `is_metal`. Δ (ICOB *i* antiliant) est plus mitigé : survit sur métallique et `is_metal` (les deux côtés) mais pas sur covalent ($p = 0,29$) ni ionique ($p = 0,67$). Reste une construction nouvelle (§précédent) — sa magnitude devra être reproduite sur un jeu de données indépendant

avant d'être prise comme un résultat définitivement acquis, mais la survie à une stratification complète en fait, en l'état, le résultat le plus solide du projet.

J.5 $\Delta(\text{ICOHP})$ de réaction restreint à une fenêtre proche de E_F

Extension proposée en conclusion (§6.4) : plutôt que l'ICOHP intégré sur toute la plage occupée (§6.3) ou la seule partie antiliante près de E_F (sous-sections précédentes), une troisième construction — l'ICOHP *signé* (liant *et* antiliant, non tronqué) mais intégré *uniquement* sur la fenêtre à sens unique ($E_F - \Delta E$, E_F], $\Delta E = 1,0$ eV, sommé sur *toutes* les étiquettes de liaison (extensif, comme la somme ICOHP complète) plutôt que sur la seule trace « average » — puis combinée par la même stœchiométrie de réaction que le $\Delta(\text{ICOHP})$ complet (`reaction_icohp.py`, convention réactif – produits prédits). Implémentation : `cohp_extraction.icohp_windowed_per_atom()` lit directement la différence entre deux points de la courbe ICOHP *cumulative* déjà calculée par LOBSTER dans `COHPCAR.lobster` (`ICOHP_cumulative( $E_F$ ) - ICOHP_cumulative( $E_F - \Delta E$ )`, par étiquette), sans nouvelle intégration trapézoïdale — validé : à ΔE très grand (couvrant toute la fenêtre de calcul), cette quantité retrouve la somme ICOHP complète à $\sim 0,1\%$ près.

TABLE S16 – Corrélations de Spearman, $\Delta(\text{ICOHP})$ fenêtré près de E_F contre `formation_energy_per_atom` (cas 1, $n = 316$).

Sous-groupe	n	ρ
tous	316	+0,3712***
covalent	29	+0,3635 ($p=0,053$)
ionique	51	+0,5243***
métallique	86	+0,1721
<code>is_metal=False</code>	145	+0,4660***
<code>is_metal=True</code>	171	+0,1848*

* $p < 0,05$; *** $p < 0,001$; aucune étoile = non significatif. Contre `energy_above_hull`, aucune corrélation significative nulle part ($n = 320$, $p > 0,07$ partout) — même comportement que tous les autres descripteurs ICOHP/ICOBI de ce rapport.

Résultat intermédiaire entre les deux autres constructions : contrairement à l'ICOHP de réaction complet (§6.3), qui perd *toute* stratification `bond_type`, cette version fenêtrée **survit sur le sous-groupe ionique** ($\rho = 0,524$, $p < 0,001$) et sur `is_metal` des deux côtés — mais pas sur métallique, et seulement à la limite sur covalent ($p = 0,053$). Moins robuste que $\Delta(\text{ICOHP})$ antiliant) (sous-section précédente, survit partout), plus robuste que l'ICOHP de réaction complet. Corrélation croisée avec $\Delta(\text{ICOHP})$ antiliant) : $\rho = -0,599$ ($p < 0,001$, $n = 320$) — fortement *anticorrélées* malgré leur construction proche (même fenêtre, même E_F), signe que la troncature à la seule partie antiliante (sous-section précédente) capture une information qualitativement différente de l'ICOHP signé complet dans la même fenêtre. Corrélation croisée avec l'ICOHP de réaction complet : $\rho = 0,231$ ($p < 0,001$) — liée mais nettement distincte, pas une simple restriction de la même quantité.

K Structures des réactions de Reitz & Dronskowski

La validation de §6.4 (Tableau 5) ne compare que l'arithmétique des valeurs ICOHP publiées dans le manuscrit — indépendante de toute structure cristalline locale. Le tableau ci-dessous documente, pour chacune des 16 espèces impliquées dans ces 7 réactions, la structure telle que décrite par le manuscrit (quand il la précise), l'entrée Materials Project/COD retenue dans ce jeu de données, et si une vérification indépendante a pu être faite. Trois cas ont révélé une erreur

ou une ambiguïté réelle, corrigée depuis : N_2 (phase polymérique théorique substituée par un dimère gazeux isolé, §6.4), $Pb(N_3)_2$ (mauvais polymorphe Pnma substitué par le Pna2₁ cité par le manuscrit) et l'étain compétiteur de ZnSn (β -étain substitué par l' α -étain).

TABLE S17: Les 16 espèces des 7 réactions de Reitz & Dronskowski (ic-2026-04181q, Tableau 5) : structure décrite par le manuscrit, entrée MP/COD utilisée dans ce jeu de données, et statut de vérification.

Espèce (rôle)	Structure manuscrit	Notre source	Vérification
$Pb(N_3)_2$ (cible)	azoture de plomb, ICSD 28336/16887 (Glen 1963)	mp-620058, Pna2_1, $E_{hull} = 0,110$	Oui — polymorphe exact identifié 2026-08-17, substitué à mp-667338 (Pnma) déjà présent dans le jeu de données
Pb (élément)	non précisé (référence élémentaire standard)	mp-20483, Fm-3m, $E_{hull} = 0,000$, on-hull	non requis — pas d'ambiguïté de polymorphe pour le Pb métallique cfc
N_2 (élément, 4 réactions)	$N \equiv N$ gazeux, $d \approx 1,10 \text{ \AA}$	gasref_N2_dimerbox, dimère isolé construit (boîte $10 \times 10 \times 10 \text{ \AA}$), $d(N-N) = 1,113 \text{ \AA}$, ICOHP = $-22,998 \text{ eV}$	Oui — à 0,7% de la valeur manuscrit ($-23,161 \text{ eV}$). Avant 2026-08-17 : mp-1059834 (théorique, phase polymérique N-N = $1,296 \text{ \AA}$) — erreur réelle, corrigée
S_4N_2 (cible)	non précisé au-delà de composition/ICOHP	COD 4031496, P4_2nm ($Z = 4$), aucune entrée MP pour cette composition	non — structure expérimentale COD utilisée telle quelle, pas de confirmation indépendante du polymorphe exact du manuscrit
S_8 (élément)	non précisé	mp-77, Fddd (α -S ₈), $E_{hull} = 0,000$, on-hull	non requis — référence standard sans ambiguïté
S_4N_4 (cible)	non précisé	COD 7017102, P2_1/c ($Z = 4$)	non
ZnSn (cible)	implicite : 6 liaisons Zn-Sn + 1 Zn-Zn/formule (cohérent avec un prototype NiAs)	gasref_ZnSn_NiAs, construite à la main, P6_3/mmc (#194), aucune entrée MP/COD (pas de composé intermétallique Zn-Sn stable réel)	partiel — coordination (6+1) cohérente avec NiAs, mais aucune référence cristallographique indépendante trouvée pour les paramètres de maille exacts
Zn (élément)	non précisé	mp-79, P6_3/mmc, $E_{hull} = 0,000$, on-hull	non requis
Sn (élément, compétiteur de ZnSn)	implique une phase distincte de la β -étain “par défaut” du jeu de données	mp-117, Fd-3m (α -étain, diamant cubique), substituée à mp-623511 (β -étain, I4/mmm)	partiel — l' α -étain (forme cfc basse-température) est la phase concurrente cohérente pour ZnSn; pas de confirmation indépendante que le manuscrit utilise précisément mp-117

Espèce (rôle)	Structure manuscrit	Notre source	Vérification
CaO[sphalérite] (cible)	F-43m (#216), citée explicitement	<code>gasref_Ca0_sphalerite</code> , construite à la main (aucune entrée MP pour ce polymorphe métastable), F-43m confirmé par symétrie	Oui (groupe d'espace)
CaO[rocksalt] (produit)	Fm-3m (#225), citée explicitement	mp-2605, Fm-3m, $E_{hull} = 0,000$, on-hull	Oui
CaN (cible)	non précisé	mp-1058549, Fm- 3m (type rocksalt), $E_{hull} = 0,398$	non
Ca ₃ N ₂ (produit)	non précisé	mp-844, Ia-3 (anti-bixbyite), $E_{hull} = 0,000$, on- hull	non — seule entrée on-hull, choix par défaut le plus défendable
Mn ₂ O ₇ (cible)	non précisé	mp-28338, P2_1/c, $E_{hull} = 0,335$	non
MnO ₂ (produit)	non précisé	mp-510408, P4_2/mnm (rutile/pyrolusite)	non
O ₂ (élément)	O ₂ gazeux, état fondamental triplet	mp-1524462, C2/m, $E_{hull} = 0,000$, on- hull, traitement spin- polarisé dédié	structurel — dimère isolé $d(\text{O-O}) = 1,222 \text{ \AA}$ vs $1,208 \text{ \AA}$ littérature (à 1% près)

TABLE S18 – Nos propres valeurs ICOHP DFT+LOBSTER comparées aux valeurs transcrites du manuscrit, pour les deux espèces où un calcul local a été mené (N₂ : `gasref_N2_dimerbox` ; ZnSn : `gasref_ZnSn_NiAs` décomposé contre la référence β -Sn par défaut du jeu de données, `extension_Sn_mp-623511`) — contrairement au Tableau 5, il s'agit ici de calculs VASP+LOBSTER indépendants, non d'une reconstruction des valeurs du manuscrit.

Espèce / réaction	Manuscrit (eV)	DFT propre à ce projet (eV)	Écart
N ₂ (élément)	-23,161	-22,998	0,7%
ZnSn (réactif)	-16,869	-17,991	6,6%
Zn (produit)	-12,686	-17,402	37,2%
Sn (produit, β)	-7,672	-10,617	38,4%
ΔICOHP , ZnSn→Zn+Sn	-3,489 eV (-337 kJ/mol)	-10,027 eV (-968 kJ/mol)	2,9×

N₂ reproduit étroitement la valeur du manuscrit (0,7%). Ce n'est pas le cas de ZnSn : les deux références élémentaires (Zn, Sn) divergent chacune de ~ 37 – 38% , alors que le composé ZnSn lui-même est beaucoup plus proche (6,6%) — comme le ΔICOHP de la réaction est la petite différence de deux grands nombres, cet écart se compose en un $\Delta\text{ICOHP} \sim 2,9\times$ plus grand en magnitude que celui du manuscrit, même si le signe et la conclusion qualitative (décomposition favorable en liaison) concordent. Ceci est cohérent avec une sensibilité aux choix de base/pseudopotentiel/cutoff bien plus grande pour la somme ICOHP d'un intermétallique massif que pour un simple dimère gazeux, et non avec un bug d'implémentation (la validation à 7 cas de §6.4, qui utilise les valeurs du manuscrit de bout en bout, les reproduit quasi exactement).

Lecture. “Vérification : Oui” signifie que la structure a été confirmée correspondre à la description explicite du manuscrit (groupe d’espace cité, ou distance de liaison recalculée et comparée). “Partiel” signifie que la géométrie/chimie est cohérente avec ce que le manuscrit décrit mais qu’aucune citation cristallographique indépendante n’a permis une confirmation stricte. “Non” signifie que seule la composition a été vérifiée : le manuscrit ne précise pas de groupe d’espace pour cette espèce, donc l’entrée MP/COD la plus raisonnable a été utilisée sans garantie qu’elle soit *la* structure exacte utilisée par les auteurs. Ceci n’invalide pas la validation de §6.4 (qui ne compare que la reconstruction arithmétique des valeurs ICOHP publiées, indépendante de toute structure locale) mais borne la portée de toute comparaison future entre nos propres calculs DFT+LOBSTER et les valeurs du manuscrit pour ces espèces.


L Percolation

Cette annexe regroupe l’intégralité du contenu relatif au poids de percolation et à ses descendants directs (dimensionnalité du réseau, coupe minimale périodique — missions #1 et #3) : c’était le sujet central de la campagne 2 d’origine, non retouché ci-dessous par rapport à sa première rédaction, mais ce n’est plus la question organisatrice de ce projet (§6.4). Le code source correspondant a été déplacé dans le dossier `Percolation_viability/` du dépôt (`percolation_path.py`, `network_dimensionality.py`, `periodic_mincut.py`, et leurs tests `tests/test_percolation_path.py`, `tests/test_network_dimensionality.py`, `tests/test_periodic_mincut.py`).

L.1 Objectif d’origine (mission #1)

Le tout premier rapport (6 composés jouets) avait établi que le descripteur de percolation calculé par `percolation_path.py` diverge fortement des agrégats ICOHP classiques (somme, moyenne, min, max), sans toutefois disposer d’un échantillon assez grand pour tester statistiquement si cette différence est *utile* : le descripteur de percolation apporte-t-il une information prédictive sur la stabilité thermodynamique (`energy_above_hull`) que les agrégats classiques n’apportent pas déjà ? La campagne 2 a construit un jeu de 186 composés (180 nouveaux + les 6 composés pilotes) réparti en trois familles (`exp_stable`, `exp_metastable`, `theo_metastable`, §5) pour trancher cette question.

L.2 Organigramme du workflow d'origine

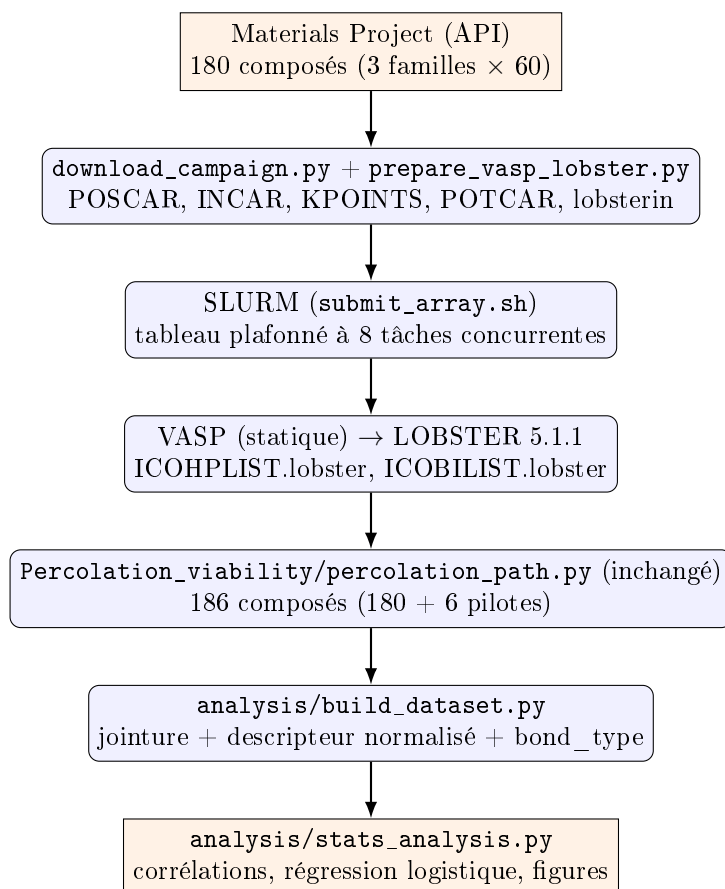

L.3 Jeu de données de la campagne 2 (186 composés)

Famille	n	Plage E_{hull} (eV/atome)
exp_stable	63	0.0000 (par construction)
exp_metastable	63	0.0005 – 0.0907
theo_metastable	60	0.0013 – 0.1991

Type de liaison (<code>classify()</code>)	n
métallique	88
covalent	23
ionique	9
non classifié	66

35% des composés (66/186) ne correspondent à aucune des trois catégories de `classify()` — principalement des pnictures/chalcogénures de métaux de transition et des composés hydrogénés. (Snapshot historique de la campagne 2 seule; le tableau à jour sur les 349 structures actuelles est en §5.)

L.4 Résultats (avec le poids de percolation)

Groupe	Métrique	n	ρ	p
tous	poids percolation (brut)	186	0.064	0.383
tous	poids percolation (normalisé)	186	0.071	0.339
métallique	poids percolation (brut)	88	0.191	0.075
métallique	poids percolation (normalisé)	88	0.222	0.038
ionique*	poids percolation (brut)	9	-0.402	0.284
covalent	poids percolation (brut)	23	0.165	0.453
tous	ICOHP somme	186	0.032	0.670
tous	ICOHP min	186	0.093	0.209
métallique	ICOHP somme	88	0.223	0.037
métallique	ICOHP min	88	0.198	0.065


* $n < 15$: à ne pas surinterpréter.


Dans le seul sous-groupe où un résultat atteint la significativité nominale (métallique, $n = 88$), le poids de percolation normalisé ($\rho = 0.222$, $p = 0.038$) et la somme des ICOHP ($\rho = 0.223$, $p = 0.037$) sont statistiquement indiscernables en force. **Le descripteur de percolation n'apporte pas d'avantage prédictif démontré par rapport aux agrégats classiques sur ce jeu de données.**

Régression logistique de référence. Stable (hull) vs. métastable, variables : poids de percolation normalisé, ICOHP moyen, indicatrices de type de liaison ($n = 120$ après exclusion des composés non classifiés).

AUC (validation croisée, 5 plis)	0.496 $\pm$ 0.141
AUC par pli	0.556, 0.430, 0.252, 0.637, 0.607


AUC ≈ 0.5 : niveau du hasard. La dispersion importante entre plis (0.25–0.64) indique elle-même l'absence de signal stable et apprenant à cette taille d'échantillon, pas seulement un signal « faible mais réel ».

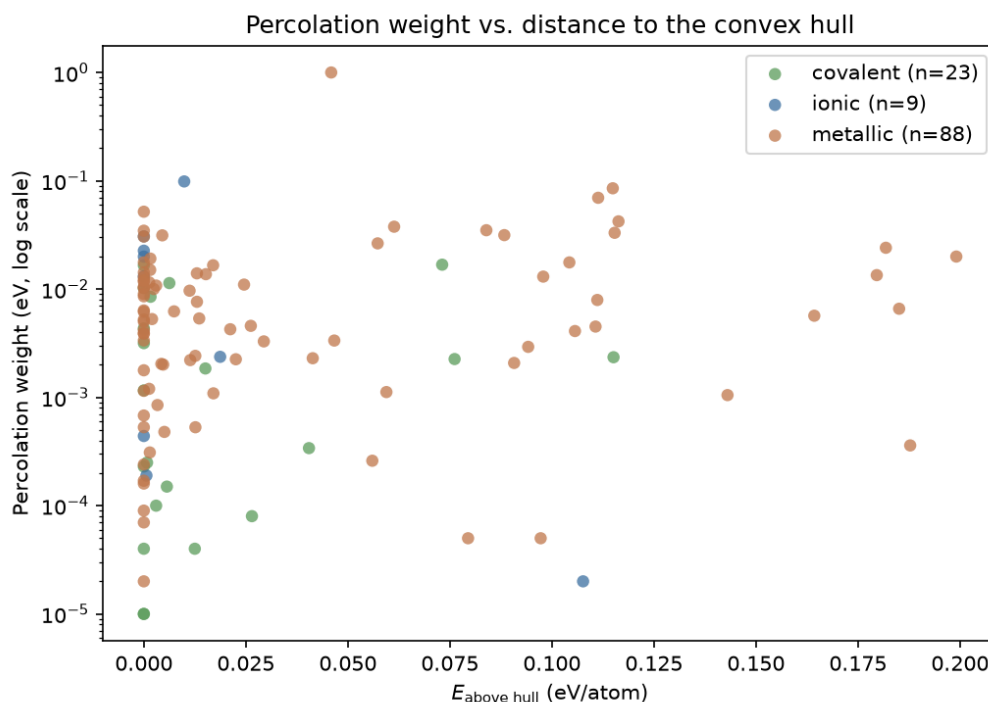

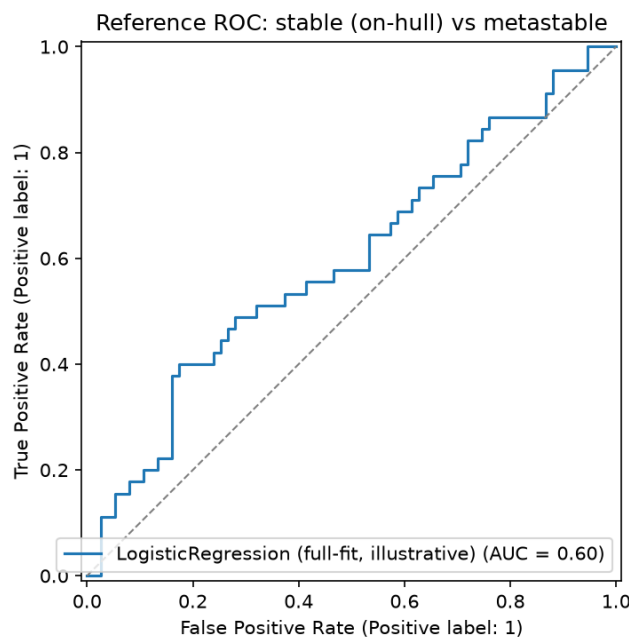

L.5 Mission #3 : dimensionnalité du réseau et coupe minimale périodique


Deux nouveaux descripteurs, `percolation_path.py` inchangé : `network_dimensionality.py` (classification 0D–3D par seuil de force de liaison relative + parcours en largeur) et `periodic_mincut.py` (coupe minimale de flot maximal `networkx`, séparabilité plutôt que traversabilité). Résultat principal : la coupe minimale normalisée est le **premier descripteur du projet à atteindre une corrélation globale significative** ($\rho = 0.285$, $p = 1.0 \times 10^{-4}$, $n = 186$), mais probablement portée en partie par un regroupement entre types de liaison ; la dimensionnalité seule ne sépare pas `formation_energy_per_atom` (Kruskal–Wallis $p = 0.19$).

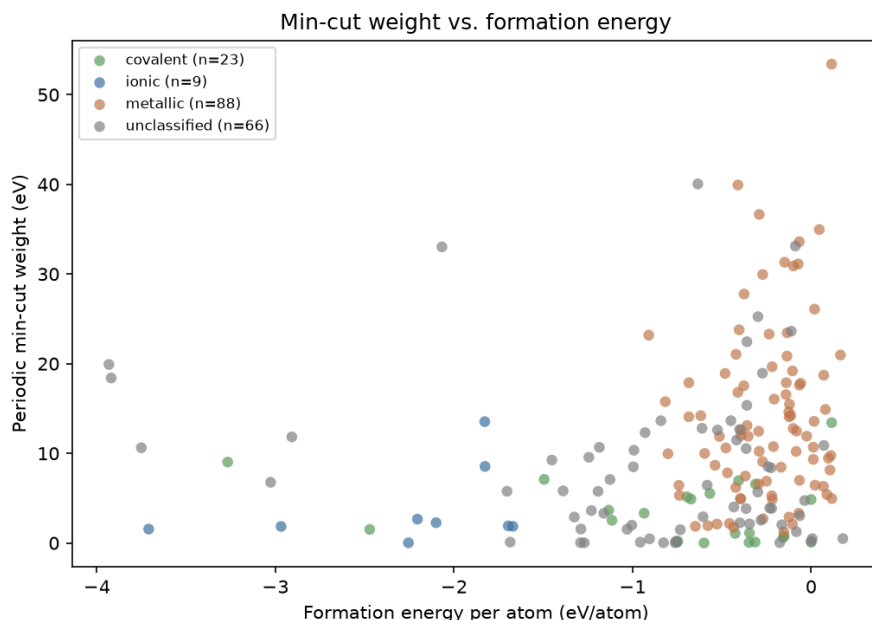

Pourquoi la corrélation de la coupe minimale s'est-elle effondrée ? Le résultat principal de la mission #3, $\rho = 0.285$ à $n = 186$, s'est effondré à $\rho = 0.089$, $p = 0.098$ (non significatif) à $n = 349$. **Ce n'est pas une réfutation du résultat original** — isolés, les 186 composés d'origine donnent toujours $\rho = 0,2845$, $p = 8,3 \times 10^{-5}$, essentiellement identique

au chiffre de la mission #3. L'effondrement est un artefact de dilution dû au regroupement de populations ajoutées pour des raisons sans rapport :

- 65 des 74 composés des lots d'extension 1-3 sont des structures de référence à un seul élément (ajoutées pour les références élémentaires de la mission #5), situées à `formation_energy_per_atom` ≈ 0 par construction, avec des valeurs de coupe minimale très dispersées — dilue mécaniquement une corrélation de rang, qu'il y ait ou non une vraie relation. Les exclure restaure $\rho = 0,2157$ ($n = 193$).
- `extension4` n'est pas une population mais deux, de signes *opposés* : la moitié expérimentale est plate ($\rho = 0,06$, non significatif, $n = 50$) ; la moitié théorique délibérément très au-dessus du hull montre une corrélation *significative* de signe *opposé* ($\rho = -0,40$, $p = 0,011$, $n = 39$) — un plus haut *coupe minimale* y est associé à une énergie de formation *plus* négative (plus stable), l'inverse de la tendance de la population d'origine.

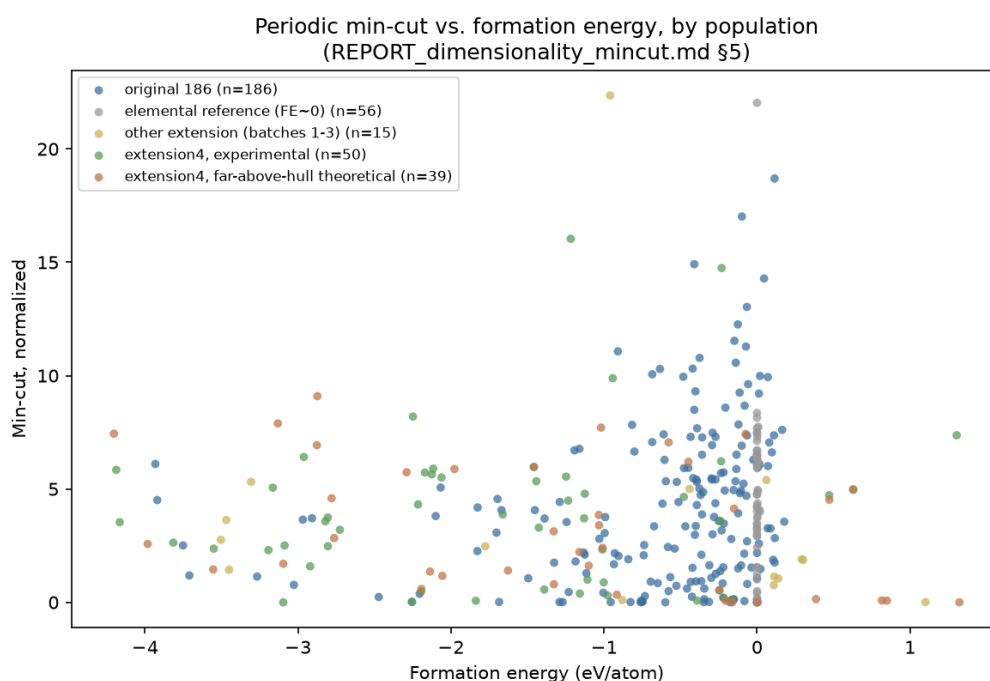

Ce signe opposé est lui-même résolu (suivi du 16 août, quatre vérifications indépendantes sur les 39 composés `theo_far_hull`, `analysis/investigate_theo_far_hull_signflip.py`) : ni un artefact de sélection lié à la taille de maille/symétrie (survit au contrôle sur `n_sites+sg_number`, $\rho = -0,39$), ni un effet physique réel des structures loin du hull, mais un **facteur de confusion entre chimies d'anion** — les systèmes F (coupe minimale élevée, énergie de formation très négative) et les systèmes azoture N_3 (coupe minimale quasi nulle, énergie de formation proche de zéro/positive) tirent la corrélation groupée dans des directions opposées. En contrôlant l'identité de l'anion (régression sur indicatrices, $n = 39$) ou en comparant les paires expérimentale/théorique au sein du même système chimique exact ($n = 37$ paires), la corrélation s'effondre à $\rho \approx -0,07$, non significative, par deux méthodes indépendantes — le même mode d'échec de regroupement entre groupes que ce projet a maintenant rencontré trois fois (coupe minimale/`bond_type`, antliaison/`is_metal`, et maintenant coupe minimale/anion).

Recommandation : tout futur chiffre de corrélation coupe minimale/énergie de formation (ou, par le même raisonnement, celui de tout autre descripteur) devrait être conditionné par `family/provenance` de sélection, de la même façon que ce projet conditionne déjà par `bond_type/is_metal`.

L.6 Limites spécifiques au poids de percolation

- **Maille primitive vs. conventionnelle** : non retraitée sur le jeu de 186 composés. Probablement la cause la plus probable de la faiblesse des corrélations observées — la liaison la plus forte peut être entièrement intra-maille et ne contribuer à aucun cycle non contractile, biaisant le « maillon faible » mesuré. Testée sur les 6 composés pilotes (mission #2) : le choix change le poids de percolation substantiellement (3x-55x) mais dans le sens *inverse* de l’hypothèse (le poids devient plus *petit* avec une maille plus grande) ; non étendue au jeu complet sur la base de ce résultat.
- **Régression logistique de référence au niveau du hasard** ($AUC \approx 0.5$) avec le poids de percolation comme variable.
- **Pourquoi pas SISO** : un seul descripteur candidat (le poids de percolation, sous deux variantes algébriquement liées), comparé à des agrégats eux-mêmes fonctions des mêmes valeurs ICOHP sous-jacentes — aucun espace combinatoire de recherche significatif à ce stade.

L.7 Conclusion de la campagne d’origine

Le jeu de données de 186 composés a été construit, calculé (VASP+LOBSTER) et analysé de bout en bout. Le résultat principal est un résultat *négatif* mais chiffré et honnête : à cette taille d’échantillon, le descripteur de percolation ne montre pas de corrélation significative avec la stabilité thermodynamique, et n’apporte pas d’avantage démontré sur les agrégats ICOHP classiques. Ce résultat, ainsi que celui de la coupe minimale (mission #3), a motivé la reformulation du projet autour du $\Delta(\text{ICOHP})$ documentée §6.4.

L.8 Liste des composés (poids de percolation)

Les 186 composés de la campagne 2, classés par catégorie (famille), avec leur identifiant Materials Project, leur distance au hull thermodynamique (PBE, `energy_above_hull`) et le poids de percolation ICOHP minimal (`icohp_percolation_weight_min`). Généré automatiquement depuis `analysis/percolation_vs_hull.csv` par `report/gen_appendix.py`.

TABLE S19: Liste complète des 186 composés, classés par catégorie, avec identifiant Materials Project, distance au hull (PBE), et poids de percolation ICOHP minimal.

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
Expérimental, stable (hull) ($n = 63$)				
As ₂ S ₃	mp-1189572	covalent	0.0000	1.00e-05
AsF ₃	mp-28027	covalent	0.0000	0.00e+00
BI ₃	mp-23189	covalent	0.0000	1.00e-05
BW	mp-7832	—	0.0000	1.90e-04
BaAu ₂	mp-30363	métallique	0.0000	5.19e-02
BaCl ₂	mp-568662	ionique	0.0000	1.31e-02
BaH ₂	mp-23715	—	0.0000	2.40e-04
Be ₂ Cu	mp-2031	métallique	0.0000	1.15e-03
Be ₂ Nb ₃	mp-11272	métallique	0.0000	6.36e-03
Be ₂ V	mp-11281	métallique	0.0000	6.80e-04
CaAl ₄	mp-1749	métallique	0.0000	1.03e-02
CaSn	mp-2450	métallique	0.0000	5.23e-03
CdPd	mp-1696	métallique	0.0000	9.00e-05
CoB	mp-20857	—	0.0000	6.00e-05
CS ₂ As ₃	mp-15557	—	0.0000	2.02e-02
FeS	mp-505531	—	0.0000	3.05e-03

Table S19 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
Ge ₂ Os	mp-10032	métallique	0.0000	1.21e-02
HfTc ₂	mp-1095669	métallique	0.0000	1.77e-02
Hg ₄ Pt	mp-936	métallique	0.0000	3.36e-03
HgF ₂	mp-8177	—	0.0000	8.95e-03
InBr	mp-22870	covalent	0.0000	1.02e-02
KI	mp-22898	ionique	0.0000	2.26e-02
KN ₃	mp-827	—	0.0000	2.80e-04
Li ₂ Se	mp-2286	—	0.0000	1.16e-02
LiB	mp-1001835	—	0.0000	2.91e-03
Mg ₂ Ni	mp-2137	métallique	0.0000	1.60e-04
MgP ₄	mp-384	—	0.0000	0.00e+00
MnAl ₁₂	mp-1104165	métallique	0.0000	1.42e-02
MoSe ₂	mp-1634	covalent	0.0000	1.16e-03
NaS	mp-2400	—	0.0000	0.00e+00
Na	mp-10172	—	0.0000	1.97e-03
Nb ₃ Ir	mp-1458	métallique	0.0000	9.02e-03
NbGa ₃	mp-1973	métallique	0.0000	8.58e-03
PI ₂	mp-29443	covalent	0.0000	2.30e-04
PbSe	mp-2201	covalent	0.0000	1.66e-02
RbI	mp-22903	ionique	0.0000	2.00e-02
Sc ₅ Ge ₃	mp-17190	métallique	0.0000	5.30e-04
ScAg ₂	mp-1018128	métallique	0.0000	1.70e-04
ScTe	mp-10026	—	0.0000	7.12e-03
SnPt	mp-19856	métallique	0.0000	1.29e-02
SrO ₂	mp-2697	ionique	0.0000	4.40e-04
SrSi	mp-2661	métallique	0.0000	7.00e-05
Ta ₅ Ge ₃	mp-17593	métallique	0.0000	3.46e-02
TaP	mp-1067587	—	0.0000	3.14e-02
TaSb ₂	mp-11697	métallique	0.0000	1.17e-02
Te ₂ Pd	mp-782	—	0.0000	1.44e-02
Te ₂ Ru	mp-267	covalent	0.0000	4.34e-03
TeO ₂	mp-8377	covalent	0.0000	4.00e-05
Ti ₃ In	mp-866046	métallique	0.0000	5.01e-03
Ti ₃ Pt	mp-2339	métallique	0.0000	1.78e-03
TiBe ₁₂	mp-1104067	métallique	0.0000	2.40e-04
TiNi	mp-1048	métallique	0.0000	3.91e-03
TiO	mp-1071163	—	0.0000	6.40e-04
TiSi ₂	mp-1077503	métallique	0.0000	6.18e-03
TlCl	mp-571079	—	0.0000	7.17e-03
VNi ₂	mp-11531	métallique	0.0000	3.88e-03
WO ₂	mp-1524394	—	0.0000	2.20e-04
Zr ₂ Au	mp-2348	métallique	0.0000	3.06e-02
Zr ₅ Pb ₃	mp-681992	métallique	0.0000	2.00e-05
ZrMo ₂	mp-2049	métallique	0.0000	1.05e-02
Si	mp-149	covalent	0.0000	3.17e-03
NaCl	mp-22862	ionique	0.0000	3.07e-02
AlNi	mp-1487	métallique	0.0000	4.19e-03
Expérimental, métastable ($n = 63$)				
CdI ₂	mp-567259	—	0.0005	2.38e-02
MgCl ₂	mp-570259	ionique	0.0006	1.90e-04
C	mp-169	covalent	0.0008	2.50e-04
ZrBr	mp-1065846	—	0.0008	7.88e-03
Li ₃ Hg	mp-1646	métallique	0.0013	1.20e-03
Ta ₇ Co ₆	mp-1104548	métallique	0.0015	3.10e-04

Table S19 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
CaGa ₄	mp-2461	métallique	0.0016	1.91e-02
InCl	mp-571636	covalent	0.0016	8.50e-03
NiB	mp-14019	—	0.0018	4.10e-04
MgH ₂	mp-23711	—	0.0019	1.00e-05
Sn ₇ Ir ₅	mp-20466	métallique	0.0024	1.00e-02
NaN ₃	mp-1066400	—	0.0029	7.00e-04
ClF ₃	mp-556767	—	0.0030	0.00e+00
SiS ₂	mp-1095294	covalent	0.0030	1.00e-04
Sr ₅ Sn ₃	mp-17720	métallique	0.0030	1.08e-02
Te ₂ Ir	mp-1551	—	0.0030	2.80e-03
Li ₁₃ Sn ₅	mp-30769	métallique	0.0033	8.50e-04
H ₃ N	mp-643432	covalent	0.0038	0.00e+00
Cs ₂ Se	mp-1011696	—	0.0042	2.62e-02
In ₃ Ir	mp-630976	métallique	0.0043	2.04e-03
HI	mp-697025	—	0.0044	0.00e+00
Rb ₂ Hg ₇	mp-31474	métallique	0.0045	3.14e-02
PbAu ₂	mp-19871	métallique	0.0047	2.01e-03
BeCu	mp-2323	métallique	0.0050	4.80e-04
SiO ₂	mp-546794	covalent	0.0056	1.50e-04
IF ₇	mp-27988	—	0.0063	0.00e+00
K	mp-10157	—	0.0069	8.07e-02
Al ₃ Os ₂	mp-16521	métallique	0.0074	6.23e-03
Nb ₂ O ₅	mp-1595	—	0.0075	1.00e-04
LiBr	mp-23259	ionique	0.0099	9.88e-02
ZnAg	mp-1912	métallique	0.0112	9.67e-03
MgPd ₃	mp-7753	métallique	0.0114	2.21e-03
AsPd ₂	mp-1080831	—	0.0118	3.50e-04
GeSe ₂	mp-10074	covalent	0.0125	4.00e-05
Re ₃ Ge ₇	mp-29141	métallique	0.0126	2.42e-03
Cu ₃ Ge	mp-19724	métallique	0.0126	5.30e-04
Ti ₃ Ge	mp-1189044	métallique	0.0130	1.40e-02
ZrGa ₃	mp-30685	métallique	0.0130	7.64e-03
SrAl ₂	mp-1638	métallique	0.0136	5.36e-03
NiS	mp-1547	—	0.0142	3.00e-04
Al ₁₂ W	mp-11227	métallique	0.0152	1.37e-02
CsH	mp-632319	—	0.0161	2.66e-02
CaGa ₂	mp-992	métallique	0.0170	1.66e-02
NiHg ₄	mp-570835	métallique	0.0171	1.09e-03
SiRh	mp-2287	métallique	0.0246	1.10e-02
BaSn ₅	mp-571353	métallique	0.0262	4.58e-03
PS	mp-612	covalent	0.0265	8.00e-05
AsRh	mp-22079	—	0.0269	1.93e-03
Te ₂ Au	mp-567525	—	0.0274	1.62e-02
Be ₃ N ₂	mp-6977	—	0.0315	2.00e-05
Y ₂ O ₃	mp-558573	—	0.0342	5.00e-05
AgO	mp-1079720	—	0.0423	4.00e-05
FeTe ₂	mp-1102002	—	0.0449	5.20e-04
H ₂ O	mp-2739191	—	0.0494	0.00e+00
CdO ₂	mp-2310	—	0.0562	9.00e-05
Mo ₃ Se ₄	mp-21021	—	0.0609	1.84e-03
PbSe	mp-22009	covalent	0.0731	1.68e-02
Be ₁₂ Pd	mp-12666	métallique	0.0795	5.00e-05
Sr ₂ As	mp-15697	—	0.0800	2.06e-03
AsRh ₂	mp-1102364	—	0.0806	4.63e-03
ZrRh	mp-2808	métallique	0.0839	3.50e-02

Table S19 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
K ₂ S	mp-559278	–	0.0873	1.07e-02
Ge ₄ Rh	mp-1104286	métallique	0.0907	2.08e-03
Théorique, métastable ($n = 60$)				
Li ₃ Ag	mp-976408	métallique	0.0013	1.15e-02
Y ₃ Co	mp-1189329	métallique	0.0016	1.50e-02
TiNi	mp-1067248	métallique	0.0020	5.29e-03
TaP	mp-1187244	–	0.0033	3.59e-02
Sr ₃ As ₄	mp-678007	–	0.0062	4.47e-03
Ga ₂ Se ₃	mp-1224809	covalent	0.0063	1.14e-02
MnN	mp-1009130	covalent	0.0151	1.85e-03
BeCl ₂	mp-1190080	ionique	0.0187	2.37e-03
MgSn	mp-1094801	métallique	0.0212	4.26e-03
TiW	mp-1216621	métallique	0.0225	2.25e-03
SrTl ₃	mp-1206636	métallique	0.0294	3.29e-03
IrCl ₃	mp-729507	–	0.0301	2.72e-03
Ta ₄ C ₃	mp-1218000	–	0.0335	1.44e-03
Sc ₂ O ₃	mp-755313	–	0.0364	5.10e-04
SnBr ₂	mp-978985	covalent	0.0405	3.40e-04
Sn ₇ Pd ₅	mp-1219006	métallique	0.0414	2.30e-03
Tl ₄ Sn	mp-1216560	métallique	0.0459	1.00e+00
LiTl ₃	mp-1185253	métallique	0.0467	3.35e-03
PtCl ₂	mp-1219748	–	0.0490	5.04e-03
HCl	mp-684609	–	0.0536	2.50e-04
MgSn	mp-1094669	métallique	0.0560	2.60e-04
K ₅ As ₄	mp-684799	–	0.0564	8.80e-03
KSn ₃	mp-1185151	métallique	0.0573	2.65e-02
NbS ₂	mp-774873	–	0.0576	1.20e-04
YAg ₃	mp-1187811	métallique	0.0594	1.12e-03
B ₃ Ir ₂	mp-1228647	–	0.0609	2.80e-04
TiMo ₂	mp-1216675	métallique	0.0613	3.77e-02
Cr ₂ C	mp-1226378	–	0.0625	2.08e-03
ZrO ₂	mp-775909	–	0.0627	1.20e-04
Zn	mp-2647117	–	0.0717	1.04e-02
IN ₂	mp-1097011	–	0.0730	4.70e-04
CoSe ₂	mp-1390196	–	0.0734	8.40e-04
GeS	mp-12910	covalent	0.0762	2.26e-03
ZrTi	mp-1215236	métallique	0.0883	3.15e-02
VCu ₃	mp-1095057	métallique	0.0942	2.93e-03
Tl ₃ Ga	mp-1187539	métallique	0.0972	5.00e-05
CaGe ₂	mp-643542	métallique	0.0979	1.30e-02
NbRh ₂	mp-1220414	métallique	0.1043	1.76e-02
TcW	mp-1217337	métallique	0.1056	4.10e-03
MgF ₂	mp-560236	ionique	0.1076	2.00e-05
VN	mp-1017532	–	0.1080	4.00e-05
Na ₂ Cl	mp-990084	–	0.1105	3.76e-02
ZnPb ₃	mp-1187949	métallique	0.1107	4.51e-03
Sr ₃ Sn	mp-1187136	métallique	0.1111	7.94e-03
TaRe	mp-1217894	métallique	0.1113	6.98e-02
Al ₄ Si	mp-1228120	métallique	0.1149	8.54e-02
B ₆ Pb	mp-1096825	covalent	0.1151	2.35e-03
ScTc ₃	mp-867262	métallique	0.1154	3.31e-02
CrMo	mp-1226200	métallique	0.1163	4.23e-02
BPd ₅	mp-1228665	–	0.1325	2.42e-02
Zr ₃ Be	mp-1188016	métallique	0.1430	1.05e-03

Table S19 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
Na ₃ Cl	mp-1064484	—	0.1456	2.55e-03
SiAu ₃	mp-1186998	métallique	0.1643	5.68e-03
InSe ₂	mp-1232036	—	0.1733	1.64e-03
TiSi ₂	mp-570991	métallique	0.1796	1.35e-02
BeAu ₃	mp-983539	métallique	0.1818	2.41e-02
Zr ₃ Ge	mp-1188039	métallique	0.1851	6.59e-03
AlSb	mp-1023918	métallique	0.1878	3.60e-04
Mg ₁₅ B	mp-1023515	—	0.1943	2.80e-04
HfMo	mp-1224314	métallique	0.1991	2.00e-02