

Referència: 1997

Denominació: Tapa 7 ml recte

Material: PP - **Color:** Negre NTC-9901 + additiu

Data de l'informe: 28/06/2021


Motiu informe: 19è informe de la prova de motlle nou de la tapa 7 ml RECTE –peces injectades 23/06/2021 – Matí – **Màquina 9**

Informe taller:

21/06/21	<p>"Se pasa profundidad de alojamiento del disco desde 1.80 anterior a 2.10, esta modificacion se ha hecho restando rosca, o sea retrocediendo final de rosca con lo cual el resto de alturas permanece inamovible. Se ha construido nueva la corona roscada correspondiente a la pieza numero 4. Se ha pulido con diamante las cavidades numeros 1 y 3 pues el informe de calidad decia que eran las unicas que combinadas en ocasiones con los tarros numeros 5 y 6 se pasaban de rosca. Avanzamos conos 1 diente con fin de minimizar amago de rebaba en boca (Cono). "</p>
----------	--

Informe Mecànic: **NO N'HI HA**

DIMENSIONAL: Plànol actual 12/05/21

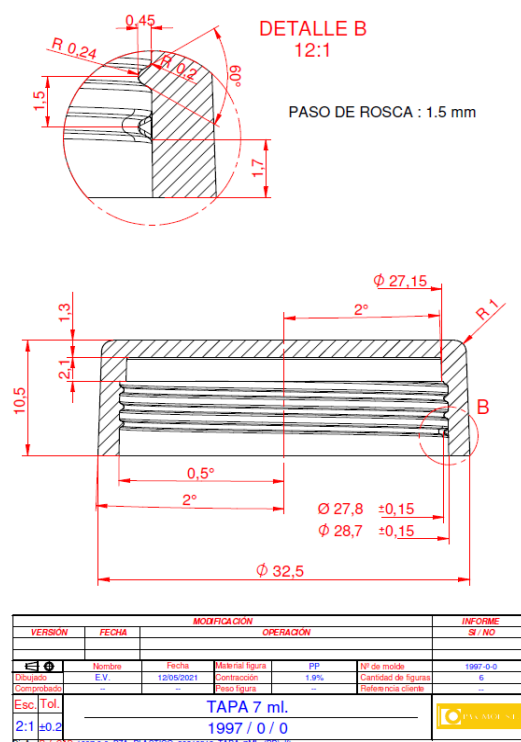

DIMENSIONAL:

RESULTAT MITJANA DE LA TAPA REF.1997 - PROVES 23/06/21 MATÍ						
	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇDA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø D – 27.8 mm ± 0,15	Ø E – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
MITJANA FIG.1	32,57	27,06	27,54	28,54	10,53	8,55
MITJANA FIG.2	32,54	27,09	27,62	28,56	10,61	8,61
MITJANA FIG.3	32,55	27,07	27,70	28,56	10,54	8,61
MITJANA FIG.4	32,53	27,06	27,60	28,54	10,56	8,55
MITJANA FIG.5	32,57	27,09	27,68	28,55	10,57	8,60
MITJANA FIG.6	32,49	27,09	27,54	28,54	10,60	8,61

TAPA REF.1997- - FIGURA 1 - PROVES 23/06/21 MATÍ						
	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇDA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø D – 27.8 mm ± 0,15	Ø E – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,60	27,04	27,57	28,54	10,51	8,55
2	32,56	27,04	27,54	28,53	10,53	8,57
3	32,57	27,03	27,57	28,54	10,50	8,58
4	32,56	27,03	27,54	28,51	10,54	8,57
5	32,56	27,04	27,58	28,52	10,55	8,56
6	32,54	27,06	27,54	28,52	10,54	8,56
7	32,59	27,07	27,53	28,53	10,53	8,57
8	32,57	27,05	27,52	28,54	10,55	8,55
9	32,57	27,03	27,53	28,52	10,54	8,55
10	32,57	27,03	27,53	28,54	10,52	8,53
11	32,57	27,06	27,53	28,53	10,52	8,55
12	32,56	27,07	27,54	28,54	10,54	8,54
13	32,60	27,08	27,55	28,56	10,52	8,53
14	32,55	27,07	27,53	28,55	10,54	8,52
15	32,57	27,06	27,54	28,55	10,53	8,55
16	32,57	27,05	27,53	28,54	10,52	8,56
17	32,56	27,08	27,55	28,55	10,51	8,54
18	32,57	27,06	27,54	28,53	10,52	8,56
19	32,57	27,08	27,56	28,54	10,53	8,55
20	32,55	27,07	27,57	28,54	10,55	8,55
MITJANA	32,57	27,06	27,54	28,54	10,53	8,55

TAPA REF.1997- - FIGURA 2 - PROVES 23/06/21 MATÍ

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇDA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø D – 27.8 mm ± 0,15	Ø E – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,56	27,08	27,63	28,55	10,60	8,59
2	32,54	27,10	27,63	28,58	10,60	8,61
3	32,55	27,07	27,60	28,55	10,61	8,61
4	32,53	27,10	27,61	28,55	10,60	8,61
5	32,53	27,09	27,59	28,57	10,62	8,61
6	32,54	27,11	27,63	28,55	10,60	8,62
7	32,53	27,08	27,62	28,58	10,60	8,61
8	32,53	27,10	27,60	28,56	10,60	8,63
9	32,55	27,08	27,61	28,57	10,61	8,62
10	32,55	27,09	27,62	28,55	10,60	8,62
11	32,53	27,10	27,63	28,55	10,62	8,61
12	32,55	27,11	27,60	28,56	10,59	8,61
13	32,53	27,12	27,61	28,57	10,61	8,62
14	32,54	27,10	27,61	28,55	10,60	8,63
15	32,52	27,09	27,62	28,55	10,62	8,62
16	32,52	27,10	27,61	28,55	10,59	8,60
17	32,53	27,08	27,63	28,56	10,62	8,60
18	32,52	27,08	27,62	28,57	10,61	8,61
19	32,53	27,10	27,62	28,58	10,61	8,60
20	32,52	27,10	27,63	28,56	10,61	8,62
MITJANA	32,54	27,09	27,62	28,56	10,61	8,61

TAPA REF.1997- - FIGURA 3 - PROVES 23/06/21 MATÍ

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇDA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø D – 27.8 mm ± 0,15	Ø E – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,56	27,07	27,67	28,56	10,55	8,62
2	32,55	27,04	27,71	28,55	10,54	8,60
3	32,55	27,06	27,72	28,57	10,55	8,60
4	32,56	27,07	27,70	28,56	10,55	8,61
5	32,55	27,09	27,71	28,57	10,54	8,62
6	32,55	27,09	27,71	28,57	10,54	8,60
7	32,55	27,07	27,70	28,55	10,54	8,60
8	32,56	27,08	27,70	28,56	10,55	8,61
9	32,55	27,06	27,71	28,57	10,54	8,61
10	32,56	27,07	27,70	28,58	10,54	8,61
11	32,55	27,07	27,71	28,57	10,54	8,60
12	32,54	27,07	27,70	28,56	10,55	8,61
13	32,54	27,06	27,70	28,56	10,54	8,61
14	32,55	27,08	27,70	28,57	10,54	8,61
15	32,55	27,08	27,71	28,57	10,55	8,62
16	32,55	27,07	27,71	28,57	10,54	8,61
17	32,55	27,08	27,70	28,55	10,55	8,60
18	32,56	27,07	27,71	28,56	10,54	8,60
19	32,55	27,07	27,70	28,55	10,54	8,61
20	32,55	27,07	27,70	28,57	10,54	8,62
MITJANA	32,55	27,07	27,70	28,56	10,54	8,61

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇDA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø D – 27.8 mm ± 0,15	Ø E – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,52	27,06	27,59	28,54	10,56	8,54
2	32,52	27,05	27,60	28,53	10,56	8,56
3	32,53	27,07	27,60	28,54	10,55	8,56
4	32,52	27,06	27,60	28,54	10,56	8,54
5	32,53	27,07	27,61	28,54	10,57	8,55
6	32,52	27,07	27,60	28,54	10,55	8,56
7	32,53	27,05	27,59	28,54	10,56	8,56
8	32,54	27,07	27,62	28,55	10,57	8,54
9	32,52	27,07	27,61	28,54	10,55	8,55
10	32,54	27,05	27,60	28,55	10,56	8,56
11	32,53	27,06	27,61	28,55	10,56	8,55
12	32,53	27,07	27,59	28,54	10,56	8,54
13	32,53	27,07	27,62	28,54	10,55	8,54
14	32,52	27,07	27,61	28,55	10,56	8,55
15	32,53	27,06	27,60	28,53	10,57	8,55
16	32,54	27,07	27,60	28,55	10,56	8,56
17	32,54	27,05	27,61	28,56	10,55	8,56
18	32,52	27,07	27,61	28,55	10,55	8,54
19	32,53	27,07	27,60	28,53	10,56	8,56
20	32,53	27,07	27,60	28,55	10,56	8,56
MITJANA	32,53	27,06	27,60	28,54	10,56	8,55

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇDA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø D – 27.8 mm ± 0,15	Ø E – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,60	27,10	27,69	28,54	10,56	8,61
2	32,58	27,08	27,68	28,54	10,56	8,60
3	32,57	27,09	27,67	28,54	10,55	8,60
4	32,58	27,08	27,69	28,56	10,56	8,61
5	32,57	27,09	27,67	28,53	10,56	8,60
6	32,57	27,10	27,68	28,54	10,58	8,59
7	32,57	27,11	27,67	28,54	10,58	8,60
8	32,57	27,09	27,68	28,56	10,56	8,60
9	32,57	27,09	27,68	28,55	10,58	8,59
10	32,56	27,10	27,68	28,54	10,55	8,56
11	32,58	27,10	27,67	28,54	10,58	8,59
12	32,57	27,10	27,67	28,54	10,58	8,58
13	32,58	27,09	27,68	28,55	10,59	8,60
14	32,58	27,08	27,68	28,54	10,58	8,59
15	32,57	27,10	27,68	28,56	10,56	8,61
16	32,58	27,09	27,69	28,55	10,58	8,60
17	32,57	27,10	27,68	28,55	10,58	8,58
18	32,57	27,10	27,69	28,54	10,59	8,61
19	32,57	27,09	27,69	28,54	10,59	8,60
20	32,57	27,09	27,69	28,56	10,58	8,60
MITJANA	32,57	27,09	27,68	28,55	10,57	8,60

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇDA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø D – 27.8 mm ± 0,15	Ø E – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,49	27,08	27,54	28,54	10,60	8,61
2	32,50	27,10	27,54	28,54	10,60	8,60
3	32,49	27,09	27,55	28,53	10,58	8,60
4	32,50	27,09	27,54	28,54	10,60	8,61
5	32,50	27,10	27,55	28,55	10,58	8,62
6	32,50	27,10	27,54	28,53	10,60	8,60
7	32,50	27,09	27,55	28,55	10,61	8,60
8	32,49	27,09	27,54	28,54	10,60	8,60
9	32,49	27,10	27,55	28,55	10,59	8,61
10	32,49	27,10	27,54	28,54	10,60	8,61
11	32,48	27,09	27,53	28,54	10,60	8,61
12	32,49	27,08	27,54	28,54	10,60	8,60
13	32,49	27,10	27,54	28,55	10,60	8,61
14	32,49	27,10	27,54	28,54	10,59	8,60
15	32,49	27,09	27,54	28,55	10,58	8,61
16	32,50	27,09	27,55	28,54	10,60	8,61
17	32,50	27,09	27,55	28,55	10,60	8,60
18	32,49	27,09	27,54	28,55	10,60	8,60
19	32,49	27,10	27,54	28,55	10,58	8,61
20	32,49	27,10	27,54	28,54	10,59	8,60

ASPECTE: La rosca han millorat, però segueixen sortint algunes marques, gasos a la rosca i boca per fora i també fan rebaves de cono

Conclusió: NOK

Gasos i rebaves.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

28/06/21