HALBTEC Dünnschicht GmbH

Prozessbegleitschein

Process Traveler

Auftrag / Order	
Auftrags-Nr. / Order No.	FA-2025-04517
Kunde / Customer	Kunde 1047
Artikel / Item	Sensor-Chip SC-12 Typ B
Menge / Qty	50 Wafer
Liefertermin / Due	21.05.2025

Material	
Substrat / Substrate	Si, 100 mm, <111>
Charge / Batch	CH-24-137
Dicke / Thickness	525 µm
Widerstand / Resistivity	0,01–0,02 Ohm·cm
Eingang / Received	25.03.2025

Prozessschritte / Process Steps

Schritt Step	Prozess Process	Anlage Tool	Parameter	Soll Target	Ist Actual	i.O. OK	Datum / Visum Date / Init.
10	RCA-Reinigung RCA clean	WB-02	SC1 Temp.	75 °C	75,4 °C	☒	31.03.25 / KM
			Dauer / Time	10 min	11 min	☒	
20	Therm. Oxidation Thermal oxide	OF-1	Temperatur	1050 °C	1050 °C	☒	31.03.25 / KM
			Dauer / Time	45 min	46 min	☒	
			Oxiddicke / Thickness	120 nm ± 5	119,2 nm	☒	
30	Sputtern Al Al sputter	SP-3	Leistung / Power	2,5 kW	2,6 kW	☒	01.04.25 / TR
			Druck / Pressure	3,0 µbar	3,3 µbar	☒	
			Schichtdicke / Thickness	500 nm	518 nm	☒	
40	Lithografie Lithography	MA-6	Belichtung / Dose	120 mJ/cm²	122 mJ/cm²	☒	02.04.25 / TR
			CD	5,0 µm	5,0 µm	☐	
50	Tempern Anneal	OF-2	Temperatur	425 °C		☐	-
			Atmosphäre	N2/H2 95/5		☐	

Bemerkungen / Remarks

Schritt 30: Schichtdicke 518 nm statt max. 515 nm - Sonderfreigabe SF-2025-038 durch Hr. Becker am 01.04.25.
Wafer #3, #27 und #41 Randausbrüche, aussortiert. Restmenge: 47 Wafer.

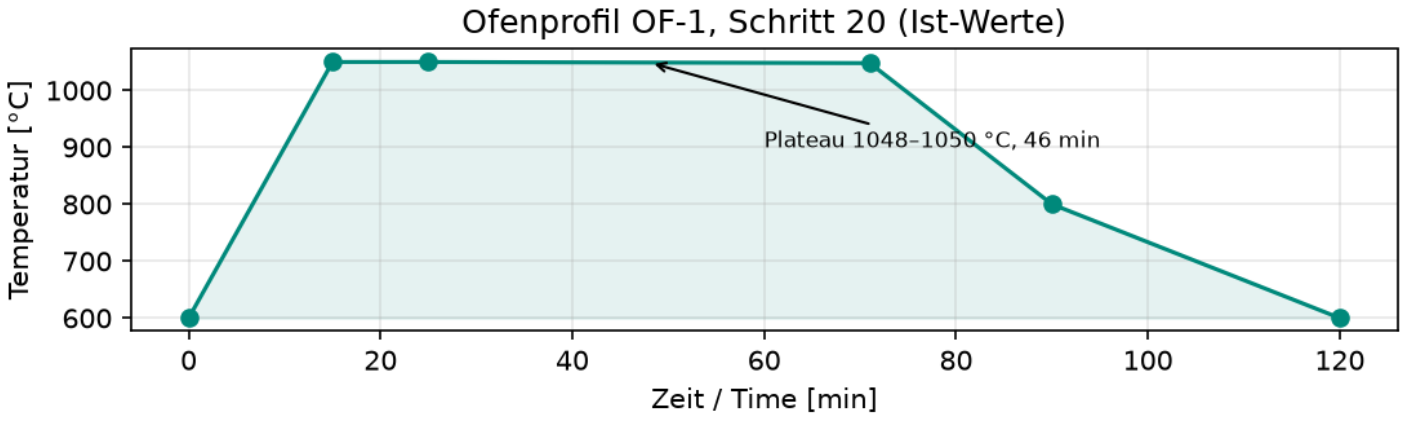

Freigabe Fertigung / Production release	Freigabe QS / QA release	Status
02.04.2025 T. Richter		IN BEARBEITUNG / IN PROGRESS