HALBTEC
Dünnschicht GmbH

Prozessbegleitschein

Process Traveler

Auftrag / Order	
Auftrags-Nr. / Order No.	FA-2025-04488
Kunde / Customer	Kunde 0923
Artikel / Item	Sensor-Chip SC-12 Typ B
Menge / Qty	25 Wafer
Liefertermin / Due	07.05.2025

Material	
Substrat / Substrate	Si, 100 mm, <111>
Charge / Batch	CH-24-131
Dicke / Thickness	525 µm
Widerstand / Resistivity	0,01–0,02 Ohm·cm
Eingang / Received	17.03.2025

Prozessschritte / Process Steps

Schritt Step	Prozess Process	Anlage Tool	Parameter	Soll Target	Ist Actual	i.O. OK	Datum / Visum Date / Init.
10	RCA-Reinigung RCA clean	WB-02	SC1 Temp.	75 °C	75,2 °C	☒	18.03.25 / KM
			Dauer / Time	10 min	10 min	☒	
20	Therm. Oxidation Thermal oxide	OF-1	Temperatur	1050 °C	1051 °C	☒	18.03.25 / KM
			Dauer / Time	45 min	45 min	☒	
			Oxiddicke / Thickness	120 nm ± 5	125,8 nm	☒	
30	Sputtern Al Al sputter	SP-3	Leistung / Power	2,5 kW	2,5 kW	☒	19.03.25 / TR
			Druck / Pressure	3,0 µbar	3,1 µbar	☒	
			Schichtdicke / Thickness	500 nm	497 nm	☒	
40	Lithografie Lithography	MA-6	Belichtung / Dose	120 mJ/cm²	121 mJ/cm²	☒	20.03.25 / TR
			CD	5,0 µm	5,1 µm	☐	
50	Tempern Anneal	OF-2	Temperatur	425 °C		☐	-
			Atmosphäre	N2/H2 95/5		☐	

Bemerkungen / Remarks

Schritt 20: Oxiddicke 125,8 nm statt max. 125 nm - Sonderfreigabe SF-2025-024 durch Hr. Becker am 18.03.25.
Wafer #4 Randausbruch, aussortiert. Restmenge: 24 Wafer.

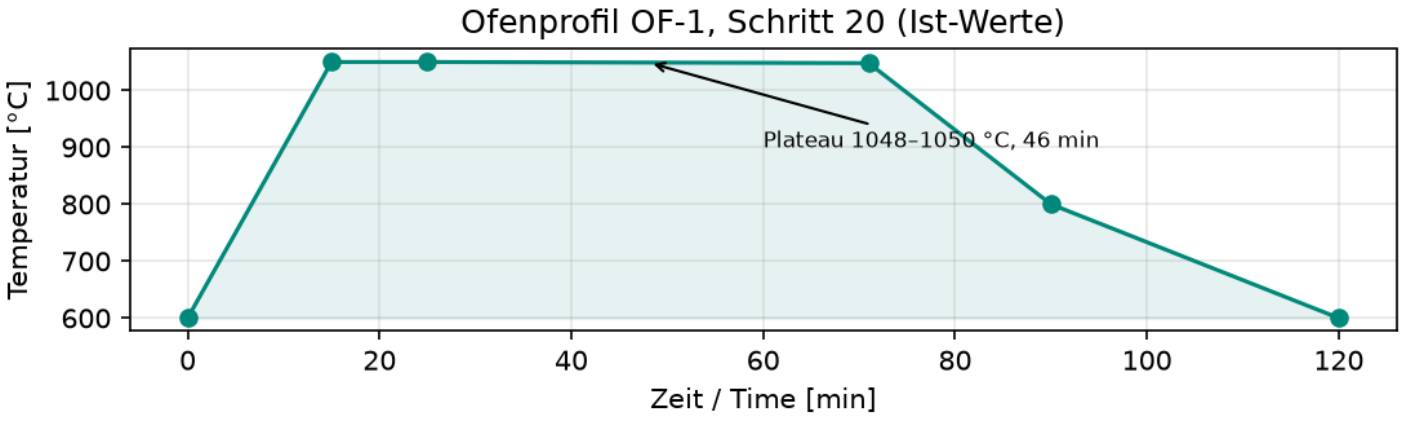

Freigabe Fertigung / Production release	Freigabe QS / QA release	Status
20.03.2025 T. Richter		IN BEARBEITUNG / IN PROGRESS