HALBTEC
Dünnschicht GmbH

Prozessbegleitschein

Process Traveler

Auftrag / Order	
Auftrags-Nr. / Order No.	FA-2025-04471
Kunde / Customer	Kunde 0815
Artikel / Item	Sensor-Chip SC-12 Typ B
Menge / Qty	25 Wafer
Liefertermin / Due	30.04.2025

Material	
Substrat / Substrate	Si, 100 mm, <111>
Charge / Batch	CH-24-118
Dicke / Thickness	525 µm
Widerstand / Resistivity	0,01–0,02 Ohm·cm
Eingang / Received	11.03.2025

Prozessschritte / Process Steps

Schritt Step	Prozess Process	Anlage Tool	Parameter	Soll Target	Ist Actual	i.O. OK	Datum / Visum Date / Init.
10	RCA-Reinigung RCA clean	WB-02	SC1 Temp.	75 °C	74,5 °C	☒	12.03.25 / KM
			Dauer / Time	10 min	10 min	☒	
20	Therm. Oxidation Thermal oxide	OF-1	Temperatur	1050 °C	1048 °C	☒	12.03.25 / KM
			Dauer / Time	45 min	46 min	☒	
			Oxiddicke / Thickness	120 nm ± 5	118,7 nm	☒	
30	Sputtern Al Al sputter	SP-3	Leistung / Power	2,5 kW	2,5 kW	☒	13.03.25 / TR
			Druck / Pressure	3,0 µbar	3,2 µbar	☒	
			Schichtdicke / Thickness	500 nm	512 nm	☒	
40	Lithografie Lithography	MA-6	Belichtung / Dose	120 mJ/cm²	118 mJ/cm²	☒	14.03.25 / TR
			CD	5,0 µm	5,3 µm	☐	
50	Tempern Anneal	OF-2	Temperatur	425 °C		☐	-
			Atmosphäre	N2/H2 95/5		☐	

Bemerkungen / Remarks

Schritt 40: CD außerhalb Toleranz (5,3 µm statt max. 5,2 µm) - Sonderfreigabe SF-2025-019 durch Hr. Becker am 14.03.25. Wafer #7 und #19 Randausbrüche, aussortiert. Restmenge: 23 Wafer.

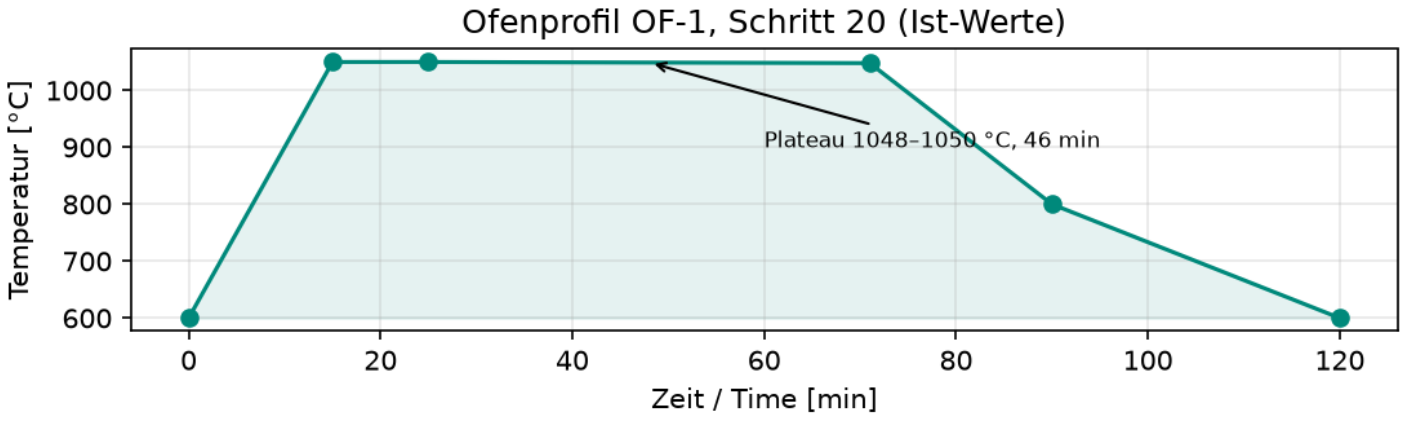

Freigabe Fertigung / Production release	Freigabe QS / QA release	Status
14.03.2025 T. Richter		IN BEARBEITUNG / IN PROGRESS