

Лабораторная работа 1.1.1

"Определение систематических и случайных погрешностей при измерении удельного сопротивления нихромовой проволоки"

Белов Михаил Б01-302

22 сентября 2023 г.

Аннотация:

Для определения удельного сопротивления нихромовой проволоки необходимы значения её длины, площади сечения и сопротивления при этом значении длины. Для определения длины используется линейка, для определения диаметра - микрометр. Сопротивление проволоки измеряется двумя способами: подключением проволоки в цепь с вольтметром и амперметром и с помощью моста Уитстона.

Теоретические сведения:

По определению удельного сопротивления, его величину можно рассчитать по формуле:

$$\rho = \frac{R_{np}}{L} \cdot \frac{\pi d^2}{4},$$

где R_{np} – сопротивление проволоки, L – длина проволоки, d – диаметр проволоки.

Сопротивление проволоки можно считать равным $R = \frac{V}{I}$, однако, в этом случае мы не учитываем сопротивление амперметра и вольтметра. Формулы для расчёта с учётом этих сопротивлений будут в следующем разделе.

Первый способ измерения сопротивления проволоки основан на законе Ома, откуда $R = \frac{U}{I}$.

Второй способ основан на мосте Уитстона, состоящем из двух постоянных резисторов, реостата, измеряемого сопротивления и гальванометра. Через гальванометр не будет течь ток только в том случае, если разность потенциалов на его концах будет нулевой, а это может быть, только если резисторы в мосте будут попарно пропорциональны. Поэтому, зная значение сопротивлений трёх резисторов мы можем узнать сопротивление четвёртого, то есть сопротивление проволоки.

Методика измерений:

Для измерения длины проволоки используется линейка с погрешностью:

$$\delta L = 0,1 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

Для измерения толщины проволоки используется микрометр в 10-ти различных местах, а затем результат округляется с погрешностью:

$$d_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^{10} d_i}{10}$$

$$\delta d = 0,01 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

1-ый способ измерения:

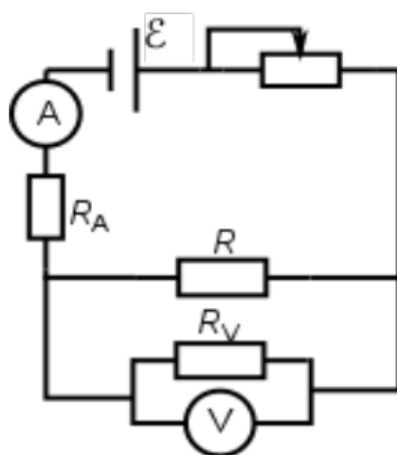


Рис. 1. Схема измерения вольт-амперной характеристики проволоки

где R_A, R_V, R – сопротивления амперметра, вольтметра и измеряемой проволоки соответственно.

В этом случае сопротивление проволоки можно найти по формуле:


$$R_i = \frac{U_V}{I_A} = R_{np} \cdot \frac{R_V}{R_i + R_V} \Leftrightarrow R_{np} = \frac{R_i \cdot (R_{np} + R_V)}{R_V} \approx R_i \cdot \left(1 + \frac{R_i}{R_V}\right),$$

где R_i – прямое измерение сопротивления исходя из показаний амперметра и вольтметра, не учитывая их сопротивление.

В получившейся формуле скобка отвечает за систематическую погрешность, происходящую из-за неидеальности приборов, однако сопротивление вольтметра сильно больше сопротивления нити, поэтому её можно пренебречь. И общая погрешность будет рассчитываться по формуле:

$$\delta R_{np} \approx R_{np} \cdot \sqrt{\left(\frac{\delta U_V}{U_V}\right)^2 + \left(\frac{\delta I_A}{I_A}\right)^2}$$

2-ой способ измерения:

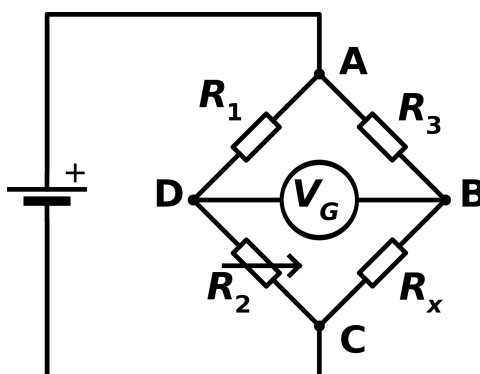

где R_1, R_3, R_2, R_x – это два сопротивления, реостат и проволока, V_G – гальванометр.

В этом случае сопротивление проволоки можно рассчитать по формуле:

$$\frac{R_{np}}{R_2} = \frac{R_3}{R_1} \Leftrightarrow R_{np} = R_2 \cdot \frac{R_3}{R_1}$$

А погрешность по формуле:

$$\delta R_{np} = 0,1 \cdot 10^{-3} \text{ Ом}$$

Результаты измерений:

Результаты измерений диаметра проволоки микрометром:

N измер.	1	2	3	4	5
d, mm	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36

Среднее значение диаметра: $d_{cp} = 0,37$ мм

Погрешность микрометра: $\delta d = 0,01$ мм Среднеквадратичное отклонение от среднего: $\delta d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (d_{cp} - d_i)^2}{10 \cdot (10-1)}} \approx 0,002$ мм

Измерения напряжения и силы тока:

	L = 0,501 ± 0,001 м									
U, mV	1490	1248	1045	910	735	610	542	474	397	339
I, mA	284,3	240,7	201,3	174,2	141,2	117,8	103,6	92	77,1	65,8
	L = 0,302 ± 0,001 м									
U, mV	1471	1065	794	600	494	416	300	271	232	203
I, mA	464,9	335,2	266,5	205,3	168,5	134,2	102,9	88,3	74,7	67,9
	L = 0,202 ± 0,001 м									
U, mV	1394	832	697	552	454	387	310	252	184	145
I, mA	665,8	402,3	334,2	365,7	219,8	186,2	149,3	123,7	89,7	72,7
	L = 0,100 ± 0,001 м									
U, mV	890	523	348	261	213	184	155	125	106	87
I, mA	829,3	476,6	315,8	242,3	198,7	164,1	138,5	113,9	101,3	75,4

Рассчитав по приведённым выше формулам значения сопротивления и его погрешности, мы получаем:

L, м	R_{sredn} , Ом	δR_{sredn} , Ом	R_{most} , Ом	δR_{most} , Ом
0,501	5,20	0,04	5,2941	0,0001
0,302	3,05	0,04	3,1632	0,0001
0,202	2,07	0,03	2,1285	0,0001
0,100	1,110	0,018	1,1376	0,0001


По этой таблице получается, что все значения сопротивления, измеренные первым методом находятся не больше чем в $\pm 3\delta R_{sredn}$.

По приведённой в самом начале формуле рассчитаем значения удельного сопротивления для каждой длины проволоки: При этом среднее значение удельного сопротивления и его погрешность получается:

Nexp	$\rho, 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$	$\delta \rho, 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$
1	1,09	0,04
2	1,06	0,04
3	1,08	0,04
4	1,16	0,05

$$\bar{\rho} = (1,10 \pm 0,05) \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}.$$

Построим графики ВАХ проволоки для каждого значения длины:

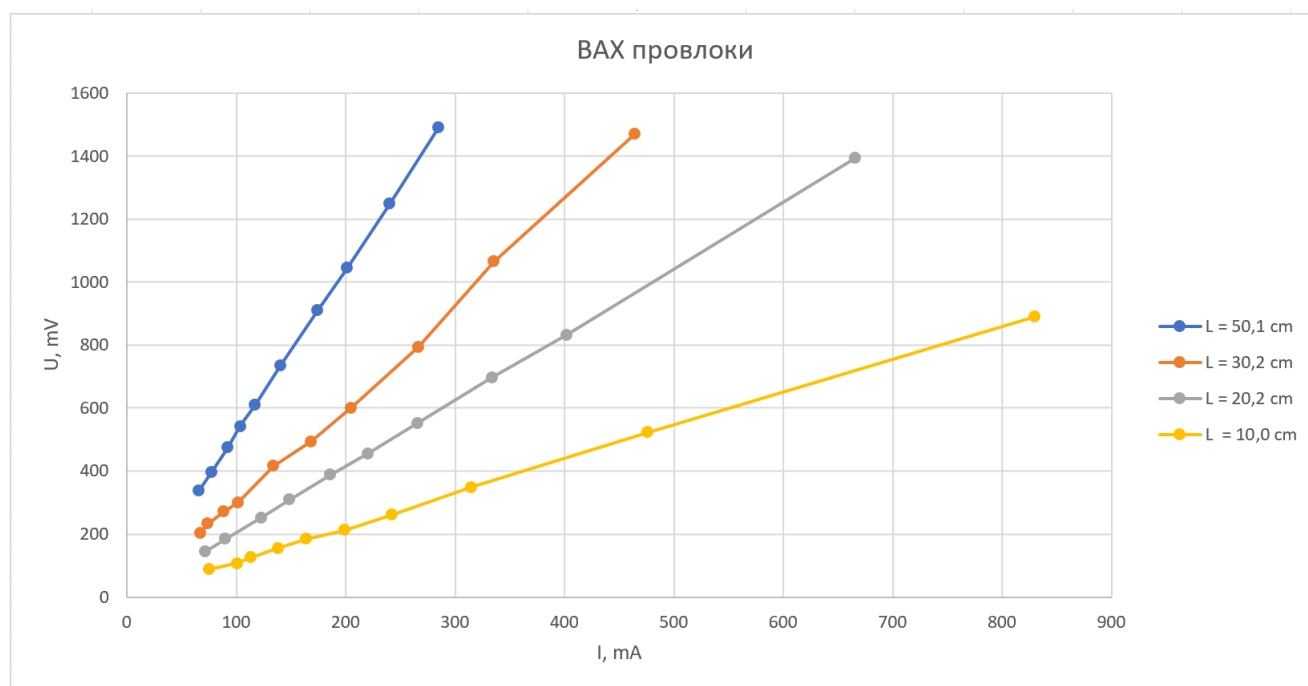

Обсуждение результатов и вывод:

Таким образом мы получили значение удельного сопротивления проволоки $\bar{\rho} = (1,10 \pm 0,05) \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$. Это совпадает с табличным значением удельного сопротивления нихрома.

При этом можно заметить, что наибольшую часть погрешности удельного сопротивления будет давать погрешность измерения диаметра проволоки (2,7%). Значение погрешности удельного сопротивления составляет всего лишь 4,5%, что можно считать хорошей точностью. При этом погрешность измерения сопротивления составила всего 0,6% в первом способе измерения и менее 0,01% во втором способе, а погрешность длины не более 2%.