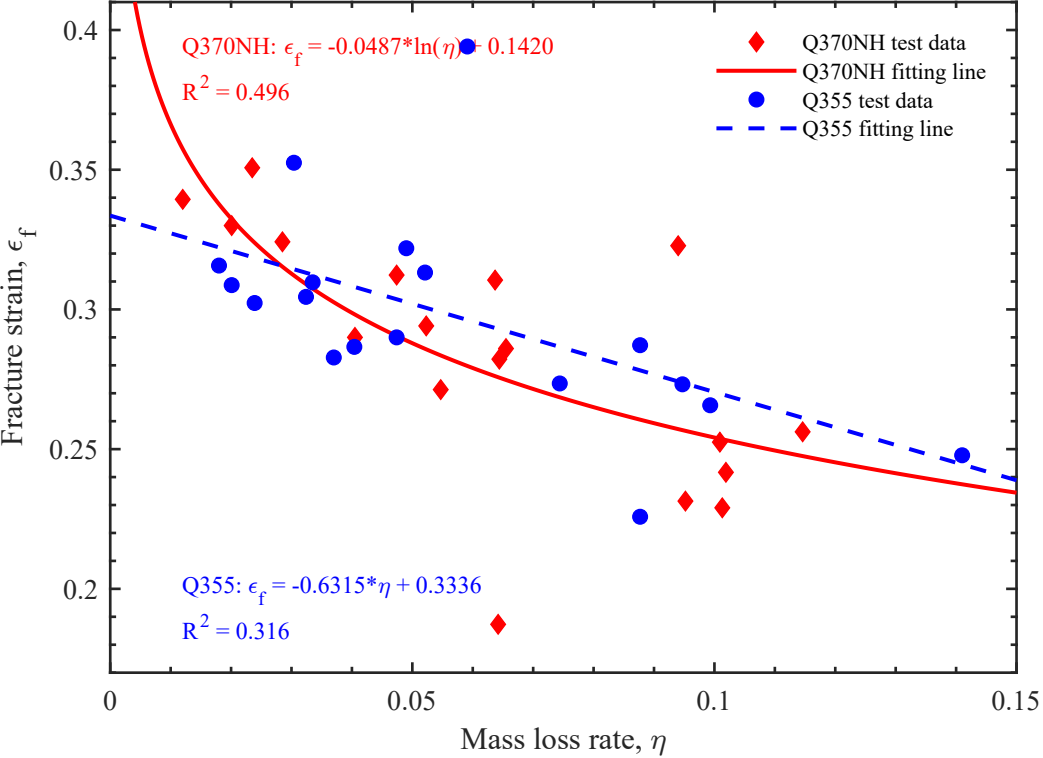
Q370NH: ϵ_f = -0.0487*ln(η) + 0.1420
R^2 = 0.496
Q370NH test data
Q370NH fitting line
Q355 test data
Q355 fitting line
Q355: ϵ_f = -0.6315*η + 0.3336
R^2 = 0.316
Fracture strain, ϵ_f
Mass loss rate, η
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0
0.05
0.1
0.15