



Série de type PURASYS **vibradyn**
Secteur de performance

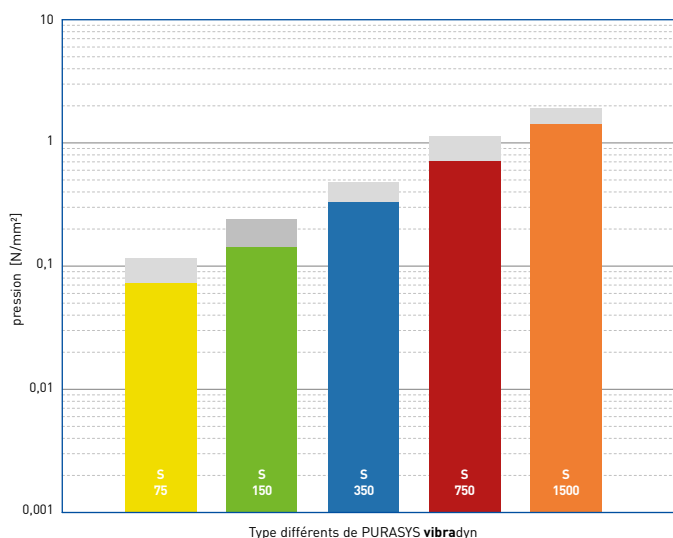

Matériau

Elastomère de polyétheruréthane à structure cellulaire fermées.

Caractéristique



Ressort

Formes de livraison

Épaisseur: 12,5 mm et 25 mm

Tapis: 0,5 m de large, 2,0 m de long

Bandes: max. 2,0 m de long

Autres dimensions sur demande (pièces découpées et matricées aussi).

Propriétés	S 75	S 150	S 350	S 750	S 1500	Procédures de contrôle
Couleur	jaune	vert	bleue	rouge	orange	
Pression statique [N/mm²] ⁽¹⁾	0,075	0,150	0,350	0,750	1,500	
Pression dynamiques [N/mm²] ⁽¹⁾	0,120	0,250	0,500	1,200	2,000	
Pic de pression [N/mm²] ⁽¹⁾	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	
Facteur de perte mécanique ⁽²⁾	0,06	0,03	0,03	0,04	0,05	DIN 53513 ⁽³⁾
Module E statique [N/mm²] ⁽²⁾	0,63	1,25	2,53	5,21	9,21	DIN 53513 ⁽³⁾
Module E dynamique [N/mm²] ⁽²⁾	0,92	1,65	3,25	8,88	16,66	DIN 53513 ⁽³⁾
Module de cisaillement statique [N/mm²] ⁽²⁾	0,16	0,22	0,35	0,80	1,15	DIN 53513 ⁽³⁾
Module de cisaillement dynamique [N/mm²] ⁽²⁾	0,27	0,35	0,52	1,22	1,69	DIN 53513 ⁽³⁾
Résistance à la compression pour une déformation de 10% [N/mm²]	0,083	0,16	0,32	0,59	0,94	
Déformation permanente après compression [%]	< 5	< 5	< 5	< 6	< 8	DIN ISO 1856
Résistance à la traction [N/mm²]	> 1,5	> 2,0	> 3,5	> 5,0	> 7,0	DIN 53455-6-4
Allongement de rupture [%]	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500	DIN 53455-6-4
Résistance à la propagation [N/mm]	> 1,6	> 2,1	> 2,5	> 4,3	> 5,6	DIN ISO 34-1/A
Elasticité au rebond [%]	70	70	70	70	70	DIN EN ISO 8307
Résistivité volumique [Ω·cm]	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	DIN IEC 93
Conductivité thermique [W/(m·K)]	0,06	0,075	0,09	0,10	0,11	DIN 52612-1
Température d'utilisation [°C]	- 30 jusqu'à + 70					
Température extrême [°C]	+ 120					
Inflammabilité	classement E / EN 13501-1					EN ISO 11925-1

⁽¹⁾ Les valeurs s'appliquent pour un facteur de forme $q = 3$

⁽²⁾ Mesuré par la limite supérieure du secteur de performances statiques

⁽³⁾ Mesures effectuées conformément au modèle de la norme en vigueur



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Toutes les indications et données présentées s'appuient sur le niveau actuel de nos connaissances. Elles sont soumises aux tolérances habituelles de fabrication et ne constituent en aucun cas des propriétés garanties. Sous réserves de modifications.