


Série de type PURASYS vibrafoam


Secteur de performance

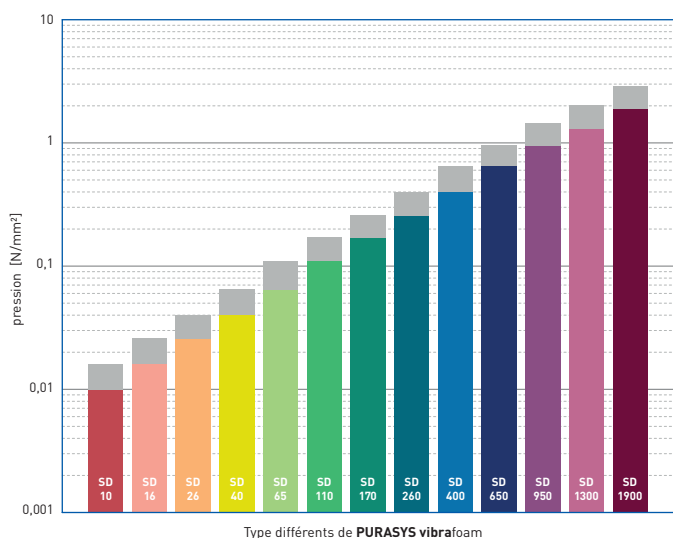


Matériau

Elastomère de polyétheruréthane à structure cellulaire mixte

Caractéristique



Ressort



Amortisseur

Formes de livraison

Épaisseur: 12,5 mm et 25 mm

Tapis: 0,5 m et 1,0 m de large, 2,0 m de long

Bandes: max. 2,0 m de long

Autres dimensions sur demande (pièces découpées et matricées aussi).

Propriétés	SD 10	SD 16	SD 26	SD 40	SD 65	SD 110	SD 170	SD 260	SD 400	SD 650	SD 950	SD 1300	SD 1900	Procédures de contrôle
Couleur	rouge	rose	orange	jaune	vert clair	vert	vert foncé	pétrole	bleue	bleue foncé	violet foncé	violet	bordeaux	
Pression statique [N/mm²] ⁽¹⁾	0,010	0,016	0,026	0,040	0,065	0,110	0,170	0,260	0,400	0,650	0,950	1,300	1,900	
Pression dynamiques [N/mm²] ⁽¹⁾	0,016	0,026	0,040	0,065	0,110	0,170	0,260	0,400	0,650	0,950	1,450	2,000	2,800	
Pic de pression [N/mm²] ⁽¹⁾	0,5	0,7	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0	
Facteur de perte mécanique ⁽²⁾	0,25	0,24	0,22	0,15	0,18	0,12	0,13	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	DIN 53513 ⁽³⁾
Module E statique [N/mm²] ⁽²⁾	0,048	0,111	0,129	0,316	0,453	0,861	0,931	1,64	2,72	4,57	8,16	12,0	20,4	DIN 53513 ⁽³⁾
Module E dynamique [N/mm²] ⁽²⁾	0,144	0,328	0,443	0,743	1,06	1,86	2,27	3,63	5,27	10,4	21,5	35,2	78,2	DIN 53513 ⁽³⁾
Résistance à la compression pour une déformation de 10% [N/mm²]	0,011	0,018	0,026	0,046	0,073	0,130	0,170	0,270	0,370	0,590	0,930	1,340	1,840	
Déformation permanente après compression [%]	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 6	< 7	< 9	< 9	< 8	DIN ISO 1856
Résistance à la traction [N/mm²]	> 0,35	> 0,40	> 0,45	> 0,55	> 0,70	> 0,95	> 1,25	> 1,65	> 2,25	> 3,00	> 3,80	> 4,40	> 5,00	DIN 53455-6-4
Allongement de rupture [%]	> 400	> 400	> 400	> 400	> 400	> 400	> 400	> 400	> 400	> 400	> 400	> 400	> 400	DIN 53455-6-4
Elasticité au rebond [%]	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	DIN EN ISO 8307
Résistivité volumique [Ω·cm]	> 10 ¹²	> 10 ¹²	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	> 10 ¹¹	DIN IEC 93
Conductivité thermique [W/(m·K)]	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	DIN 52612-1
Température d'utilisation [°C]	- 30 bis + 70													
Température extrême [°C]	+ 120													
Inflammabilité	classement E / EN 13501-1													EN ISO 11925-1

⁽¹⁾ Les valeurs s'appliquent pour un facteur de forme $q = 3$

⁽²⁾ Mesuré par la limite supérieure du secteur de performances statiques

⁽³⁾ Mesures effectuées conformément au modèle de la norme en vigueur

Toutes les indications et données présentées s'appuient sur le niveau actuel de nos connaissances. Elles sont soumises aux tolérances habituelles de fabrication et ne constituent en aucun cas des propriétés garanties. Sous réserves de modifications.