

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
PARA LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FRÍO.

1.- Condiciones Generales.

Las siguientes especificaciones reglamentan y definen los requisitos Técnicos que deberán cumplir las mezclas asfálticas en frío para ser utilizadas en bacheos en obras de conservación de calzadas en diversos sectores de la comuna de Viña del Mar.

Deberá ser una mezcla asfáltica en frío para ser utilizada como parche instantáneo sobre pavimentos rígidos y asfálticos.

Certificado de Asfalto en Frío.

Al momento de ingresar las ofertas, los oferentes deberán anexar el **Certificado del asfalto en Frío para Bacheo**. Dicho certificado, deberá informar el resultado de los ensayos de muestras de mezclas en frío, de acuerdo a las especificaciones requeridas. Es decir, deberá anexar el Certificado de asfalto en frío para bacheo y/o el Certificado de calidad donde deberá señalar que las mezclas cumplan con el punto numeral 2 y lo señalado en la tabla 2.4- "Requerimientos para mezclas asfálticas en frío pre dosificadas para bacheo". El certificado deberá ser ingresado en el Anexo Técnico de la Oferta.

Ficha técnica del Producto.

Se deberá presentar la **ficha técnica del producto**, el que debe ser ingresado en Anexo Técnico de la oferta.

El material deberá presentarse en **Bolsa de 20 kilogramos** cada una.

La mezcla deberá contener imprimante y podrá ser modificada con polímeros.

2.- Requerimientos.

Los áridos y duración de las mezclas asfálticas en frío, deberán cumplir con los requerimientos mínimos indicados en la sección 8.301.9 del Vol. 8 del Manual de Carreteras del MOP, Vigentes a la fecha de ofertar.

Áridos

Desgaste de los Ángeles	:	25% Máx.
Partículas chancadas	:	80% Mín.
% que pasa tamiz 3/8"	:	90%
Tamaño máximo nominal	:	informar.

3.- Método de muestreo y ensayos.

Para cumplir lo especificado, el oferente deberá presentar el certificado donde se informe respecto a los resultados de ensayos que se deben efectuar a las mezclas asfálticas en frío, de acuerdo a lo indicado en el Manual de Carreteras del MOP, vigente a la fecha de ofertar. A Modo de referencia en la tabla N° 1 se indican los ensayos y los métodos de muestreo a que deben ser sometidos los asfaltos en frío.

Tabla N° 1.
Referencia Método de muestreo y ensayos de mezclas asfálticas en frío para bacheo.

Ensaye	Método
Muestreo	8.302.1
Ensaye de adherencia entre agregados pétreos y ligante asfáltico, empleando el método del hervido.	8.302.59
Ensaye de cohesión de mezcla en frío para bacheo.	8.302.60
Ensaye de estabilidad retenida Marshall de mezclas en frío para bacheo.	8.302.61
Densidad real de mezclas asfálticas compactadas.	8.302.38
Ensaye de trabajabilidad de mezclas asfálticas en frío para bacheo.	8.302.62
% de Chancado.	8.202.6
Desgaste de los Ángeles (%)	8.202.11
Glanulometría	8.202.3

Ref. Manual de Carreteras volumen 8.

4.- Requerimientos para mezclas asfálticas en frío pre dosificadas para bacheo.

Los resultados de los ensayos, deberán mostrar que las mezclas asfálticas en frío cumplen con lo indicado en la tabla N° 2.

Tabla N° 2.
Requerimientos para mezclas asfálticas en frío para bacheo.

Ensaye	Especificación	Método
Adherencia (método hervido)	Mín. 95%	8.302.59
Cohesión	Mín. 90%	8.302.60
Estabilidad Retenida	Mín. 80%	8.302.61
Estabilidad Marshall	Informar	8.302.61
Densidad Marshall (Geométrica)	Informar	8.302.38 método C
Trabajabilidad a 4+/-1°C	≤4,5 [Kg/cm²]	8.302.62
% Chancado	Mín. 80%	8.202.6
% Que pasa tamiz 3/8"	Mín. 90%	8.202.3
Tamaño máximo nominal	Informar	8.202.3
Desgaste de los Ángeles	Máx. 25%	8.202.11

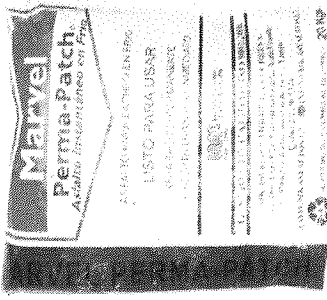
5.- Entrega de Material.

Cada entrega mínima parcializada será de 450 sacos cada una, la segunda entrega se solicitarán de acuerdo a las necesidades que indique la Unidad Técnica con un plazo de entrega de no mayor a 5 días.

Deberá contar con rotulado del producto y no deberá superar los 2 (dos) meses de fabricación.

El material deberá estar contenido en bolsas de 20 kilogramos, y deberá ser entregado de acuerdo a lo indicado en ficha electrónica de licitación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LÍNEA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	FOTO
1	900	Sacos	Asfalto en frío	Equivalente a: Sacos de 20 Kilos. Asfalto en frío color negro. Deberá contar con rotulado del producto y no deberá superar los 2 (dos) meses de fabricación. Aplicable en diferentes condiciones ambientales. Debe contemplar las especificaciones técnicas generales para las mezclas asfálticas en frío que se adjuntan. El material deberá ser parcelado en dos entregas de 450 sacos cada una, de acuerdo a las necesidades del servicio. Debe considerar personal y maquinaria para su descarga y puesto en bodega.	

NOTA: El material deberá ser parcelado en dos entregas de 450 sacos cada una, de acuerdo a las necesidades del servicio