



Fundición gris

- Atruchada (3.2 % C – 0.8 % Si)

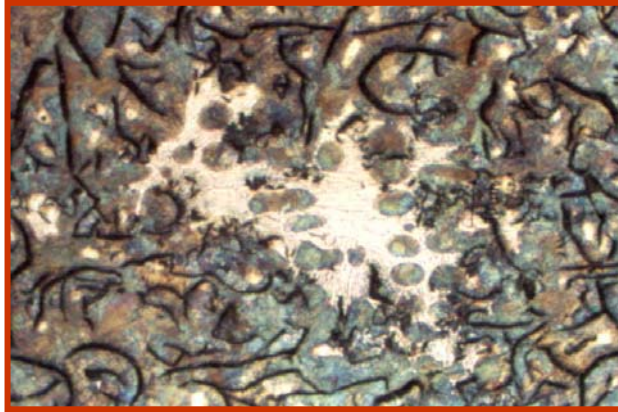


Fundición gris. Matriz perlítica

- Matriz perlítica (3.2 % C – 1.5 % Si)

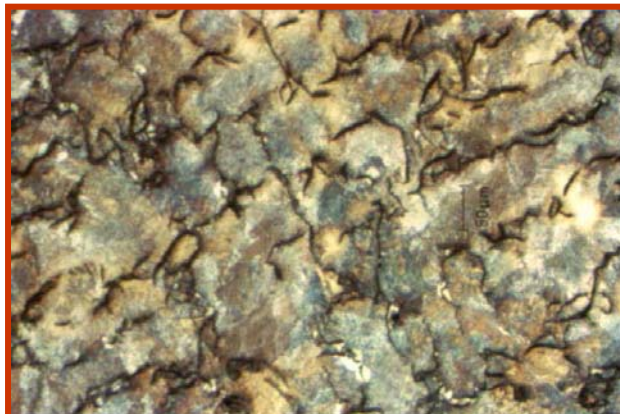

Fundición gris. Matriz hipoeutectoide

- Matriz ferrítico-perlítica (3.5 % C-2.2 % Si)

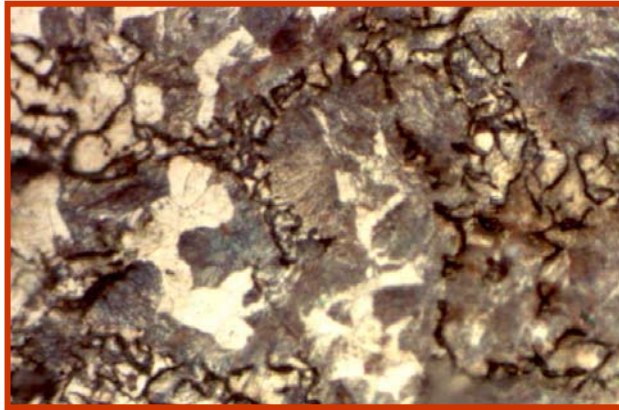

Fundición gris

- Matriz ferrítica (3.8 % C – 3 % Si)



Fundiciones grises: Propiedades

- Ferrita $\Rightarrow$ con si disueltos
 - Más dura que en aceros
- Perlita $\Rightarrow$ menos fina
 - Menos resistente
- Continuidad de la matriz
 - Interrumpida por el grafito
 - Blandas, frágiles $\Rightarrow$ debilitamiento y fragilidad
 - Extremos de láminas $\Rightarrow$ muescas o entalladuras
 - Inicio de grietas
 - Resistencia a tracción $\Rightarrow$ disminuye con el tamaño de las láminas

Formas del Grafito




TIPO A




TIPO B



TIPO C



TIPO D



TIPO E

Formas del grafito

- Grafito Tipo A
 - Láminas o bastones distribución uniforme sin orientación uniforme



Formas del grafito

- Grafito Tipo B
 - Agrupado en rosetas con distribución al azar



Formas del grafito

- Grafito Tipo C
 - Láminas de tamaños diferentes sin ordenación
 - Láminas grandes de grafito primario y láminas menores de grafito eutéctico y segregado




Formas del grafito

- Grafito Tipo C



200 AUMENTOS

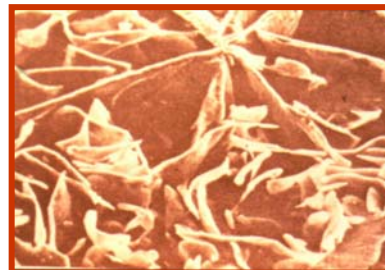

200 AUMENTOS

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO


Formas del grafito

- Grafito Tipo D
 - Grafito interdendrítico
 - Bajo % C coladas a altas T^a o enfriadas rápidamente



Fundición maleable de corazón negro

- Estado de pulido

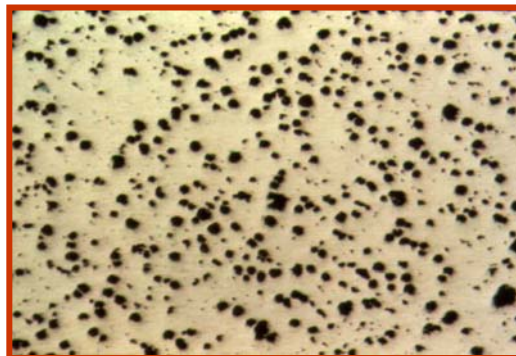


Fundición maleable de corazón negro

- Matriz perlítica




Fundición maleable de corazón negro

- Matriz ferrítica

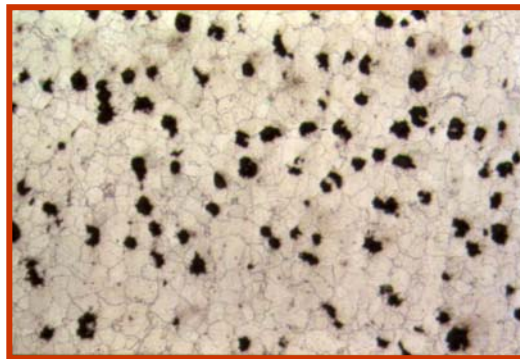


Fundición maleable de corazón blanco

- Proceso de decarburación
 - 4 zonas: Óxido exterior, decarburada (ferrita), transición (ferrítico-perlítica), perlita+nódulos grafito

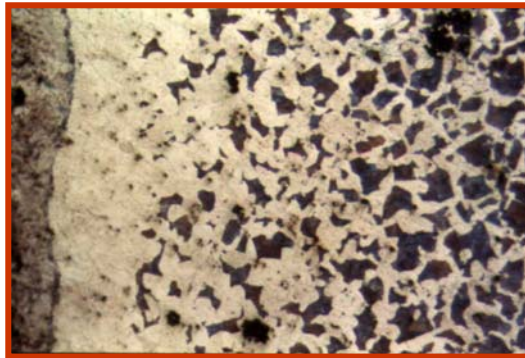


Grafito esferoidal

- Microscopio electrónico de barrido (SEM)

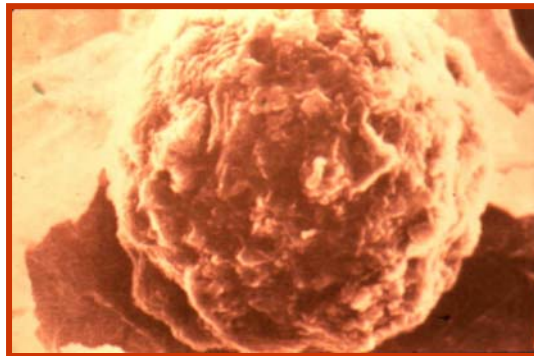

Fundición de grafito esferoidal

- Ferrítica

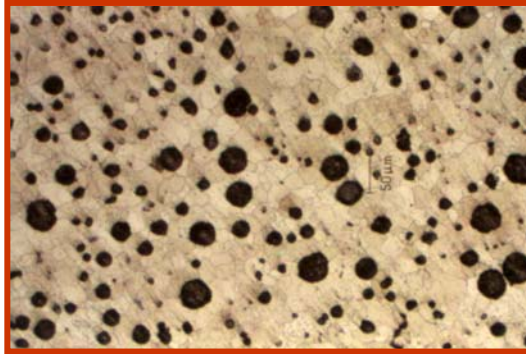

Fundición de grafito esferoidal

- Perlítica (presencia de ojo de buey)

