RELACIÓN DE MODIFICACIONES/ *LIST OF MODIFICATIONS*

- Modificado tratamiento 4L: Se elimina opción 1 y la opción 2 pasa a ser única
- Modificado tratamiento 4Z y 4S: se indica acabado previo 9A sin diferenciar (1) o (2) ya que ahora solo existe una versión de acabado 9A.

- *Modified treatment 4L: Option 1 deleted and option 2 becomes the only one.*
- *Modified treatment 4Z and 4S: previous treatment 9A without specifying (1) or (2) because now only one version of treatment 9A exists.*

ÍNDICE

1.- OBJETO..... 2
2.- TABLA DE DIGITOS INDICATIVOS, TRATAMIENTOS Y ACABADOS…….. 3

INDEX

1.- SUMMARY…….. 6
2.- KEY DIGIT TABLE, TREATMENTS AND FINISHES…….. 7

1.- OBJETO

Esta norma tiene como objeto codificar los distintos tratamientos y acabados pintados mediante dígitos numéricos y alfanuméricos.
Así pues, por ejemplo, un soporte metálico pintado negro imprimación + esmalte s/n DOGA 907.01.038 (Proceso ITAB S.L.) se deberá codificar con once dígitos y el último será el número “4”. Sin embargo un soporte pintado negro Poliéster o Poliuretano polvo (espesor 70-100 µ) sobre Zincado sin pasivar (espesor 5-8 µ) se deberá codificar con doce dígitos y los dos últimos serán el número “4” y la letra “Z”.

Las exigencias de pintura para componentes de equipos limpiaparabrisas se indican en la norma DOGA 907-01-022

Nota: Todas las piezas cortadas por laser deben ser desoxidadas tras el proceso de corte ya que existe del riesgo de que se pierda la trazabilidad cuando se monten en subconjuntos en otros centros productivos y lleguen al proceso de recubrimiento sin haber sido desoxidadas.

2.- TABLA DE DIGITOS INDICATIVOS, TRATAMIENTOS Y ACABADOS

Los dígitos se situarán al final de la codificación del producto para indicar un tratamiento o acabado específico.

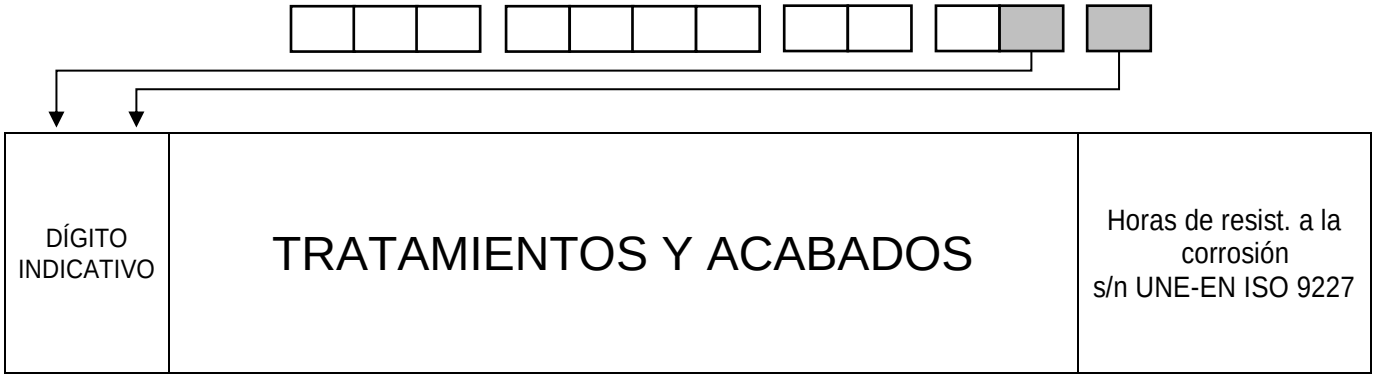

0	-	Despiece general: Sin acabado			---
4	-	Pintado negro imprimación (17± 3 µm) + esmalte Tipo 1 (20 ÷ 30 µm) s/n DOGA 907-01-038 (Proceso ITAB S.L.)			> 300 h (Escobillas) > 480 h (Resto)
	Z	Pintado negro Poliéster o Poliuretano polvo sobre acabado “9-A” s/n DOGA 907-01-052	**1**	Esp. general 70-100 µm	> 480 h
			2	Espesor B+E 50-80 µm	
	Y	Pintado negro Poliéster o Poliuretano polvo (Espesor general 70-100 µm, espesor recomendado B + E 50-80 µm) sobre Cataforesis (Espesor 15 ± 5 µm)			> 480 h
	V	Pintado negro cataforesis (Espesor 15 ± 5µm) s/n DOGA 907-01-051			---
	U	Pintado negro imprimación s/n DOGA 907-01-038 (Primer recubrimiento proceso ITAB S.L.)			---
	S	Acabado “4” sobre acabado “9-A” DOGA 907-01-052			---
	R	Acabado “4” sobre acabado “4-V”			> 480 h
	Q	Recubrimiento orgánico negro (Espesor 4-8 µ). Proceso DELTA-SEAL (DÖRKEN MKS GmbH). Opcional: TECHSEAL (ATOTECH,S.A.)			>700 horas sin corrosión roja ni degradación del color sobre substrato de acero inoxidable
	N	Recubrimiento base Zinc lamelar negro + orgánico negro Recomendado: - DORKEN DELTA TONE o DELTA PROTEKT + DELTA SEAL GZ BLACK - ATOTECH Zintek 300HPA+TECHSEAL BLACK SL F/G	-	PIEZAS ROSCADAS Y ELEMENTOS DE UNIÓN (Tornillos, espigas, arandelas, pasadores, etc.) Espesor máx.12 µm	> 300 h
			1	OTRAS APLICACIONES Manivelas, soportes,puentes, carcasas, etc.) (Espesor 12-20µm)	> 720 h
	M	Acabado “4” sobre acabado “4-Q”			---

	L	Tratamiento s./ DOGA 907-01-038 (imprimación+esmalte) sobre decapado previo s./ASTM A380. Aplicación sobre piezas de INOX con superficies planas. Plazo máximo entre aplicación del decapado y la imprimación: 72 h	---
	K	Pintado negro imprimación (17± 3 µm) + esmalte Tipo 2 (20 ÷ 30 µm) s/n DOGA 907-01-038 (Proceso ITAB S.L.)	> 300 h (Escobillas) > 480 h (Resto)
	J	Acabado “4K” sobre acabado “4-V”	---
	H	Pintado negro satinado RAL9005 Fosfatado micro cristalino + cataforesis (15÷25 µ) + pintura en polvo poliéster (70÷100 µ)	---
9	Z	Recubrimiento Zinc lamelar plata + recubrimiento orgánico plata (Espesor total 5÷8 µ) Recomendado: - DELTA TONE + DELTA SEAL GZ PLATA - ATOTECH Zintek 200+TECHSEAL SILVER SL F/G	> 300 h
	Y	Recubrimiento base Zinc lamelar + recubrimiento orgánico plata (Espesor total 12÷20µ) Recomendado: - DORKEN DELTA PROTECT KL100 + DELTA SEAL GZ SILVER - ATOTECH Zintek 200+TECHSEAL SILVER SL F/G - MAGNI 565 SILVER	> 504 h
	V	Color: gris sombra RAL 7022, Brillo:>85 GU/ángulo 20º/DIN EN ISO 2813 AkzoNobel: Interpon D1036 GL RAL 7022 Sobre "4-V" DOGA 907-01-052	---

1.- SUMMARY

The aim of this standard is the numerical and alphanumerical codification of the different treatments and painted finishing.
Therefore, as an example, a primer + top coat black painted metallic bracket DOGA s/n 907.01.038 (ITAB S.L. process) will have to be encoded with 11-digits and the last one will be the “4” number. Nevertheless, a Polyester or a Polyurethane black painted metallic bracket (thickness 70-100µ) over a non passivated zinc layer (thickness 5-8 µ), will be codified with 12-digits, and the two last will be the ”4” number and the “Z” letter

The requirements of painting for components of windshield wiper system are indicated in the standard DOGA 907-01-022

Remark: previous to the described surface treatment application, the parts must be deoxidized by chemical process when they proceed from a laser cut process.

2.- KEY DIGIT TABLE, TREATMENTS AND FINISHES

The digits will be allocated at the end of the product code in order to identify a specific treatment or finish.

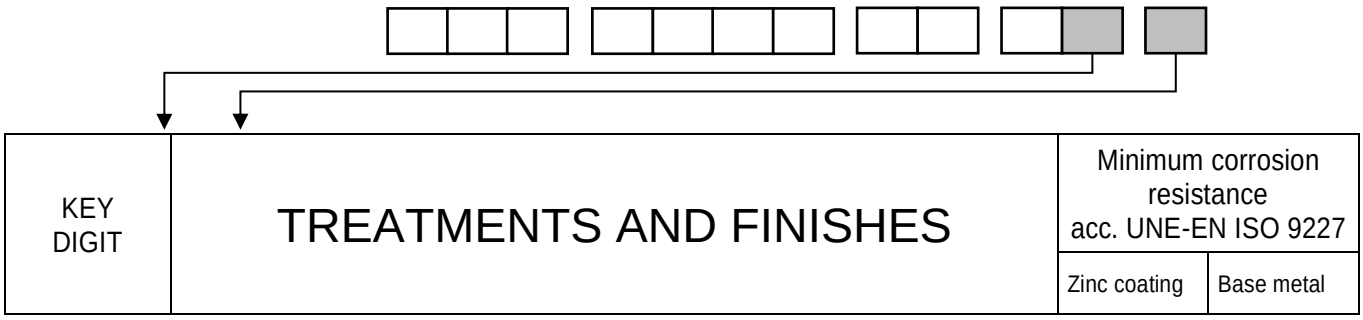

DOGA	NORMALIZACIÓN *STANDARIZATION*

DENOMINACIÓN: *TITLE:*	REF.	MOD.
TRATAMIENTOS Y ACABADOS (ORGANICOS) *TREATMENTS AND FINISHES (ORGANICS)*	**907-01-053**	S
		HOJA *SHEET* 6 /8

EDITADO: *EDITED:*	30-08-06	A.Revilla	COMPROBADO: *CHECKED:* F. Santiago	SUSTITUYE A: *REPLACES:*	
MODIFICADO: *MODIFIED:*	16-04-24	Manjunatha		SUSTITUIDO POR: *REPLACED BY:*	

0	-	General break down parts: without finishing.			---
4	-	Black painted primer (17± 3 µm) + top coat Type 1 (20 ÷ 30 µm) acc. to DOGA 907-01-038 (ITAB S.L. process)			> 300 h (Blade) > 480 h (Rest)
	Z	Polyester or Polyurethane black powder painted on finish “9-A” DOGA 907-01-052	**1**	Thick. general 70-100 µm	> 480 h
			2	Espesor B+E 50-80 µm	
	Y	Polyester or Polyurethane black powder painted (General Thickness 70-100 µ. Recommended thickness for Arms & Blades 50-80 µm) on KTL (Thickness 15 ± 5 µm)			> 480 h
	V	KTL Black painted (Thickness 15 ± 5 µm) acc. to DOGA 907-01-051			---
	U	Black painted primer acc. to DOGA 907-01-038 (First coating ITAB S.L. process)			---
	S	Finish “4” on finish “9-A” DOGA 907-01-052			---
	R	Finish “4” on finish “4-V”			> 480 h
	Q	Black organic topcoat (Thickness 4-8µ). DELTA-SEAL System (DÖRKEN MKS GmbH). Optional: TECHSEAL System (ATOTECH, S.A.)			>700 hours without red corrosion or colour degradation on stainless steel substrate
	N	Zinc flake black base coat + organic top black coat Recommended: - DORKEN DELTA TONE OR DELTA PROTEKT + DELTA SEAL GZ BLACK - ATOTECH Zintek 300HPA+TECHSEAL BLACK SL F/G	**-**	THERATED PARTS AND FASTENERS (Screws, pivot housings, washers, etc.) Max. Thickness 12 µm	> 300 h
			1	OTHER APPLICATIONS (Cranks, brackets, bridges, etc.) (Thickness 12-20 µm)	> 720 h
	M	Finish “4” on finish “4-Q”			---

	L	Treatment acc DOGA 907-01-038 (Primer+Enamel) over previous pickling acc. ASTM A380. Application on INOX parts with flat surfaces. Max delay between the pickling process and the primer application 72 h	---
	K	Black painted primer (17± 3 µm) + top coat Type 2 (20 ÷ 30 µm) acc. to DOGA 907-01-038 (ITAB S.L. process)	> 300 h (Blade) > 480 h (Rest)
	J	Finish “4K” on finish “4-V”	---
	H	Painted black satin finish RAL9005 Microcrystalline phosphating + cataphoresis (15÷25 µ) + polyester powder coating (70÷100 µ)	---
9	Z	Zinc flake base coat + organic top coat silver (Thickness total 5÷8µ) Recommended: - DORKEN DELTA TONE + DELTA SEAL GZ SILVER - ATOTECH Zintek 200+TECHSEAL SILVER SL F/G	> 300 h
	Y	Zinc flake base coat + organic top coat silver (Thickness total 12÷20µ) Recommended: - DORKEN DELTA PROTECT KL100 + DELTA SEAL GZ SILVER - ATOTECH Zintek 200+TECHSEAL SILVER SL F/G - MAGNI 565 SILVER	> 504 h
	V	color: umbre grey RAL 7022, Gloss:>85 GU/20º angle/DIN EN ISO 2813 AkzoNobel: Interpon D1036 GL RAL 7022 On finish "4-V" DOGA 907-01-052	---