Test No : CTC250510867-01

상용성 시험 성적서

Kolmar

제품명	밀크터치 피니쉬 파우더	개발담당자	허은솔	
고객사명	올리브인터내셔널	시험의뢰자	김강준	
시험일자	2025년 05월 15일	시험의뢰차수	3차	
	2025년 06월 15일	시험의뢰수량	10 EA	

포장재정보	타입	재질	세부사양	포장재업체
	용기	SAN		이노코스텍
	캡	ABS		
	리드	PP		

시료사진



내용물정보	처방번호	JB1951-N
	물성정보	분말상 루스파우더

시험코드	시험항목	시험기간		시험기준 & 방법	시험결과
TMM202	적정용량	1일	O	용기체적에 따른 적정용량	**33.0g**
	만충용량	1일	O	최소, 최대 중량용기로 주입구 최상단까지 측정	172.2ml
	체결만충	1일	O	만충용량에 박킹 & (솔)캡 체결후 측정	110.8ml
TMM502	접시규격	1일	-	견본에 준하여 규격의 이상유무 측정	-
TMM506	용기중량 관리	1일	O	포장재 입고시 용기중량 범위	57.0~58.0g
TMM204	적정슬리브	1일	-	포장재 입고시 슬리브 길이(캡 제외)	-
TMM201	적정토출구	1일	-	10초간 유지가능한 적정 토출구	-
TMM313	튜브겹수	1일	-	최적튜브겹수	-
TMM301	펌핑테스트	1일	-	15회 이내(1회/2초)	-
TMM402	진공감압	1일	-	600mmHg, 5분, 나사선 첫번째 이상 누액이 없을 것	-
TMM402	횡도누액	7일	-	40℃, 7일간 횡립으로 눕혀 누액여부 확인	-
TMM401	감량	1개월	-	40℃, 1개월, 3.0% 이내	-
TMM203 TMM205	슬라이드 & 오버런	2일	O	40℃, 48시간	적합
TMM004 TMM513	낙하테스트(누분검사)	1일	O	정면(100cm) / 측면(100cm) / 후면(100cm), 각 1회	적합
TMM110	색소용출	2일	-	40℃, 48시간	-
TMM107	안정도	1개월	O	온도별 1개월 (실온, 40℃)	조건부 적합
TMM005	인주압착	1일	O	용기, 캡 등 접촉 부위의 밀착 상태를 인주를 묻혀 확인	적합
TMM503	조립상태	1일	O	체결력 / 공차 / 편심 / 기울어짐 확인	적합 (*250604)
-	생산검토	1일	O	생산가능여부 확인	적합 (*250604)
-	사양 적격성	1일	O	적합성 검토	적합
TMM020	인쇄박리	2일	-	손톱 / 크로스컷팅 / 내알코올 / 내내용물	-

판정	조건부 적합	일자	2025년 6월 15일	결재	작성	검토	승인
					백 성 수	신 성 진	김 거 수

※ 이 성적서는 현재까지 진행사항에 대한 시험결과입니다.


※ 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료(재질, 사양) 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 재질 및 사양변경에 따른 품질을 보증하지 않습니다.

시험 특이사항

Kolmar

일반사항

1. 용기무게 : 58.2~58.7g
2. 만충용량 : 171.4ML
3. 체결용량 : 116.7ML
4. 적정용량 : 33.0g
 - 루스파우더의 경우, 중체 체결 시 내압으로 인해 약 30% 이상 여유공간 반드시 필요
 - 실제 생산 시, 생산테스트를 통해 적정용량 충전 가능 여부 및 기타 특이사항 확대검증 필요

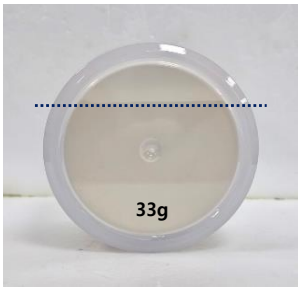

포장재관련

1. 입고관련
 - 씰라벨 반드시 환판(리드)에 부착 후 입고요망
 - 가스켓 반드시 캡에 부착 후 입고 요망

2. 제형특성상 운송 중 내용물 다져질 시, 적정용량보다 비어보일 수 있으므로 불투명 용기 또는 마스킹처리 권장
 - 소비자 사용 중 내용물이 다져져 초기 충진 높이보다 더 비어보일 수 있음

3. 나사선(스크류) 상태 양호하며, 캡핑시 편심 또는 나사선(목선) 갈림현상 없음

4. 내용물과 직접적으로 닿는 부분의 포장재에서는 형광증백제 사용불가(*형광증백세 검출 시 반출사유에 해당)
 - 유통화장품 안전관리 기준에 의거, 화장품에 사용할 수 없는 원료로 보관과정 중 포장재로부터 이염되면 안됨

5. 리드 체결 시, 내압 발생으로 인해 리드 솟아오르는 현상 발생
 - 내압으로 인해 라벨 들뜰 수 있으며, 라벨 들뜰경우 누분 발생 우려 있음
 - KLO-SPPD와 유사규격 자재로(*포장재업체 의견), 생산테스트를 통해 체결 이상 여부 및 기타 특이사항(누분 등) 검증 후 진행 요청
 - (2025-06-04) 협력업체 생산 검토 시 특이사항 없었으나(15EA), 실생산 중 내압 발생 우려 있으므로 생산 시 주의 요망

C/T 시험차수	1차	2차	3차
용기 내경(Φ)	70.5	70.5	**70.3**
중체 외경(Φ)	70.2	70.5	**70.8**
리드 에어벤트	X	O	**X**
누분	O	O	**X**
체결 시 내압	O	X	**O**



내용물관련

1. 씰라벨 부착된 상태에서 측면 누분테스트 및 자사기준 낙하테스트 시 내용물 누분현상 없음
 - "용기+리드(환판)" 규격 편차 있을 시, 누분 발생 우려 있으므로 포장재업체 규격 관리 철저 요망

2. 씰라벨 부착력 양호 및 누분 현상 없음
 - 부착력 편차로 인해 라벨들뜸, 우글거림 발생할 경우 누분 발생 우려 있으므로 포장재업체 규격 관리 철저 요망

생산관련

1. 제형특성상 가루날림으로 인해, 충전 후 나사선 및 외용기에 잔여 내용물 묻어나올 수 있음
 - 캡 체결 전 세척 공정 있으나, 나사선 부분은 완전 제거 어려우므로 반드시 고객사 인지 후 진행 요망

2. 용기내경과 리드외경의 끼임으로 체결력을 유지하는 사양으로 반드시 고온안정도 확인 후 진행 요망
 - 저온 및 고온에서 경시적으로 리드 변형(수축)되어 체결력 헐거워짐에 따라 내용물 누분 발생되어 소비자 클레임 이력 있음
 - 겨울철(저온) 또는 여름철(고온) 운송/보관 중 발생 가능성 높으므로 상온 보관 권장 및 고객사 인지 후 진행 요망

※ 3주차 안정도 특이사항

1) 40℃ 안정도 샘플 리드 수축으로 인해 돌아가는 현상 및 측면 누분테스트 시 누분 발생(*부적합 사유)
 - (2025-06-13) 고객사 조건부 진행 요청



※ 이 성적서는 현재까지 진행사항에 대한 시험결과입니다.

※ 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료(재질, 사양) 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 재질 및 사양변경에 따른 품질을 보증하지 않습니다.

별첨

Kolmar

1) 고객사 개런티 메일 첨부

보낸 사람: 장혜림 <hyelim@oliveinter.com>
보낸 날짜: 2025년 6월 13일 금요일 14:15
받는 사람: 김강준(KANGJUN KIM) <rlarkdwns33@kolmar.co.kr>
참조: 허다솜 <dsheo@oliveinter.com>; 김재성 <purchase6@oliveinter.com>; 정지욱 <jiuk.jeong@oliveinter.com>
제목: Re: 밀크터치 피니싱 파우더 CT 성적서 송부 건 (3주차 안정도 결과 반영)

22.1297 백성수

안녕하세요 강준대리님,
밀크터치 상품기획팀 장혜림입니다.

밀크터치 피니싱 파우더 관련하여 회신드립니다.

제품명:
밀크터치 에어 블러 라이스 세팅 파우더 #트랜스루센트

.235 2025-06-16 08:11:12

전달사항:
1) 40℃ 안정도 샘플 리드 수축으로 인해 돌아가는 현상 및 측면 누분테스트 시 누분 발생(*부적합 사유)
->조건부 적합으로 진행하겠습니다.

2) 리드 내압 테스트는 15개 진행 시 문제없는걸로 답변받았습니다.

밀크터치 파우더 생산 부탁드리며, 완제품 입고 일정 (7.21) 잘 부탁드리겠습니다.