KODI

상용성 시험 결과서
Compatibility Test Report

작성	승인
	
김영식	문성권

* N/A 표기 : 해당 부자재에서 테스트를 요하지 않는 항목인 경우

시험 번호 : 202512051-C

고객사	주식회사 올리브인터내셔널	Category	LIP	포장재 사양	-		
제품명	밀크터치 러브포션샤인글로스 (1 sku)	Lab No.	141LG34-OK12-3				
표시용량	5.5 ㎖(4.95 g)	점도/경도	-	공급사	바르다컴퍼니	영업 담당자	김나리
시험기간	2025-12-24 ~ 2026-01-21	비중	-	테스트 수량	15	제형 담당자	전하윤

구분	시험항목			시험기준		시험결과	판정
포장재	조립품			외관 확인, 조립, 반복 사용 시 이상 없을 것		이상없음	적합
	오버런			정상 캡핑 강도의 2배 토크를 가할 시 이상 없을 것		이상없음	적합
	용기 중량	일반 용기		용기 중량 편차 ±1 g 이내일 것		이상없음	적합
		초자 용기		용기 중량 편차 ±3 g 이내일 것		N/A	N/A
	만충 무게			용기 내 정제수를 꽉 채웠을 때의 무게 (㎖)		7.9 ㎖	-
	용량			용기 내 내용물 충전 용량 설정 (g, ㎖)		4.95 ~ 5.05 g	-
	밀폐력	인주		용기에 인주를 묻힌 후 캡핑 시 캡에 인주가 고르게 묻을 것		이상없음	적합
		감압	물	역립으로 600 ㎜Hg/5분 감압 시 누수 없을 것		이상없음	적합
			내용물	역립으로 600 ㎜Hg/5분 감압 시 누액 없을 것		이상없음	적합
	낙하	일반 용기		스테인리스 바닥에 70 ㎝ 높이/정립, 횡립 3회 낙하 시 이상 없을 것		이상없음	적합
		초자 용기		고무판 바닥에 70 ㎝ 높이/정립, 횡립 3회 낙하 시 이상 없을 것		N/A	N/A
	후가공	테이프		3M 610 테이프를 부착하여 30회 문지르고 1분간 방치 후 45 ° 각도로 테이프 제거 시 후가공 박리 없을 것		이상없음	적합
		크로스 컷트		칼날로 가로, 세로 1 ㎜의 격자를 25개 만든 후 테이프 시험 시 후가공 박리 없을 것		이상없음	적합
	내염수	도금, 증착, 금속류		5 % NaCl 수용액에 침적시켜 45 ℃/24시간 보관 시 변색, 부식 없을 것		이상없음	적합
상용성	작동			50회 이상 반복 사용 시 이상 없을 것		하기 별도 기재	조건부 적합
	내광			550 ~ 560 W 세기의 Xenon Lamp 하에서 8시간 조사 (≒ 약 3일 일광) 시 변·퇴색 없을 것		N/A	N/A
	슬라이드			용기, 캡 나사선에 내용물을 도포하여 캡핑한 후 45 ℃/24시간 보관 시 캡풀림 현상 없을 것		이상없음	적합
	감량			45 ℃/7일 보관 시 내용물 감량률이 0.4% 이하일 것		0.1 %	적합
	반응			포장재의 전면에 내용물을 도포한 후 45 ℃/7일 보관 시	변형, 균열, 파열, 침식 없을 것	이상없음	적합
					색소 용출, 색상 전이, 후가공 박리 없을 것	이상없음	적합
	내온도	고온 (45 ℃)		항온조에 정립, 횡립 상태로 1주, 4주 보관 시	(1) 외관상 이상 없을 것 (2) 기능상 이상 없을 것 (3) 변색, 변취 없을 것 (4) 누액 없을 것	1주차, 4주차 이상없음	적합
		실온 (25 ℃)				1주차, 4주차 이상없음	적합
		저온 (4 ℃)				1주차, 4주차 이상없음	적합
		사이클 (45 ℃, 25 ℃, 4 ℃, -10 ℃, 4 ℃, 25 ℃ 주기로 6시간씩)				1주차, 4주차 이상없음	적합

* 종합 의견

1.작동 시험 결과, 자재 특성상 반복 사용 시 내용물이 박킹에 과량 쌓이며, 쌓인 내용물에 의해 솔대가 쉽게 지저분해짐.

판정일자	2026-01-21	판정결과	조건부 적합	판정자	김영식

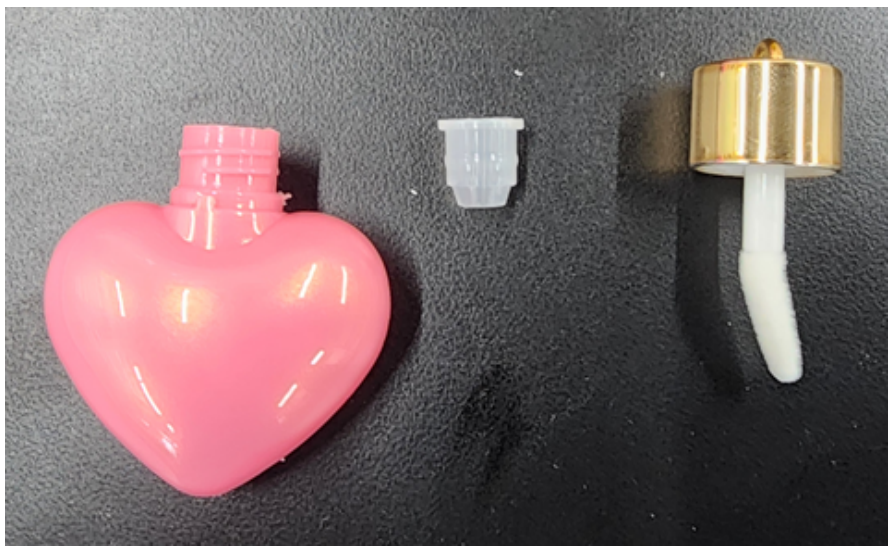
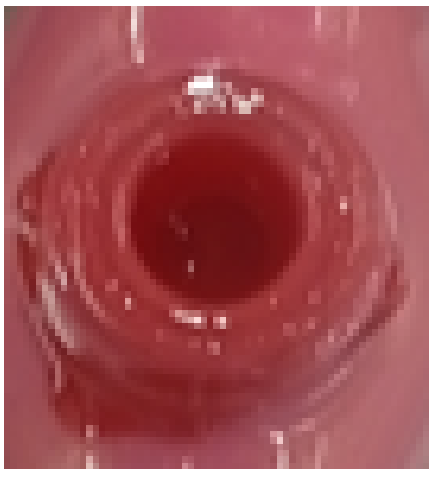
적합 / 부적합 / 조건부 적합

※ 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 (재질, 사양) 및 제형으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

※ 1주에 발행하는 결과서는 중간결과서로, 4주까지 확인 후 최종결과서 발행합니다. 중간결과서 이후 최종결과서에서 판정결과는 변경될 수 있습니다.

주 식 회 사 코 디

상용성 시험 보고서

시료사진	구성 
이슈사진	작동 테스트 

※ 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 (재질, 사양) 및 제형으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

※ 1주에 발행하는 결과서는 중간결과서로, 4주까지 확인 후 최종결과서 발행합니다. 중간결과서 이후 최종결과서에서 판정결과는 변경될 수 있습니다.