

Characterization of scintillating fibers

Robin Möller

robin.moeller@tu-dortmund.de

Sebastian Rüßmann

sebastian.ruessmann@tu-dortmund.de

Durchführung: 24.04.2026

Abgabe: 1. Mai 2026

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Theorie	3
2.1	Der LHCb Detektor	3
2.2	Der SciFi Detektor	4
2.3	Szintillierende Fasern	4
2.3.1	Szintilations Mechanismus	5
2.3.2	Photon Transport	6
2.4	Silicon Photomultiplier	8
3	Auswertung	9
3.1	Spektrometer-Messung	9
3.2	Radiale Messung	9
3.3	Simulation	12
3.4	Intensitätsmessung	17
4	Diskussion	17
	Literatur	17

1 Einleitung

2 Theorie

Der LHCb Detektor ist einer der vier großen Detektoren am Large Hadron Collider (LHC) der European Organization for Nuclear Research (CERN). Er untersucht Proton-Proton-Kollisionen, die am LHC bei einer Schwerpunktsenergie von bis zu 13.6 TeV stattfinden [1]. Dafür ist der LHCb Detektor unter anderem mit einem Spektrometersystem ausgestattet, das es ermöglicht den Impuls von geladenen Teilchen zu bestimmen. Die dafür benötigte Hauptspurenkammer ist der Scintillating Fibre Tracker (SciFi). Er detektiert die geladenen Teilchen durch in szintillierende Fasern entstehende Photonen. Das Verhalten der Photonen in den Fasern soll in Kapitel 3 charakterisiert werden. Dazu wird nachdem in Abschnitt 2.1 und 2.2 der LHCb Detektor und besonders der SciFi Detektor genauer beschrieben wurde, in Abschnitt 2.3 die Funktionsweise der szintillierenden Fasern erklärt (Abschnitt 2.3.1) und das Verhalten der Photonen Mathematisch beschrieben (Abschnitt 2.3.2).

2.1 Der LHCb Detektor

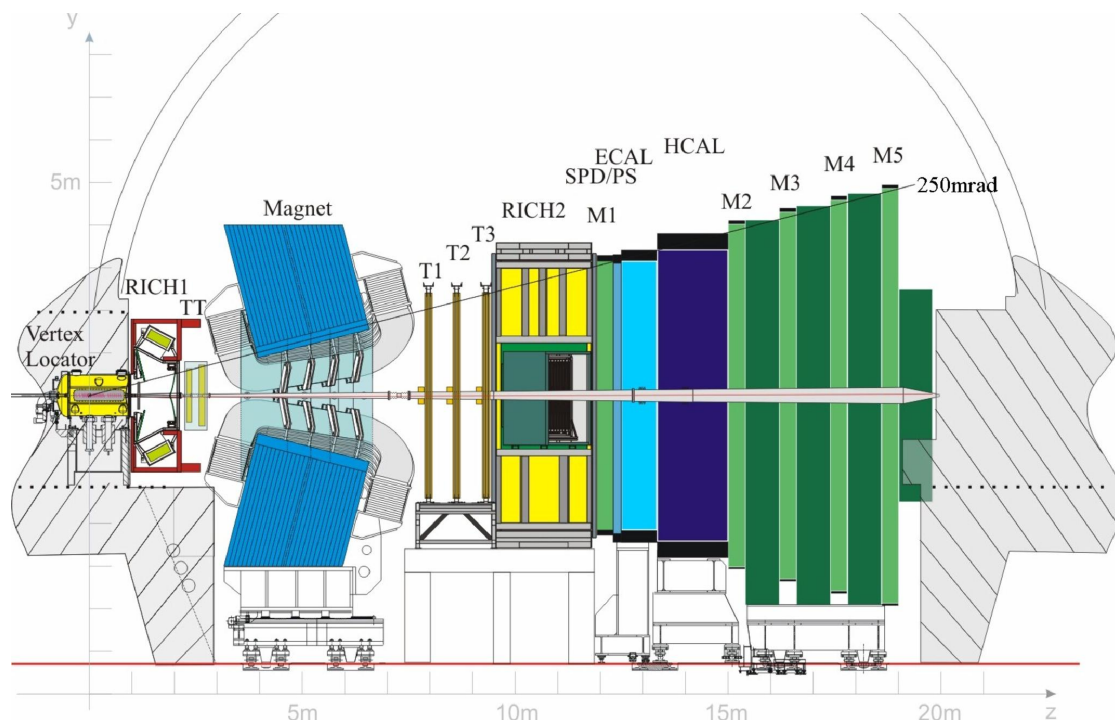


Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Querschnittes des LHCb Upgrade 2 Detektors [2].

Der LHCb-Detektor ist als einarmiger Vorwärtsspektrometer konstruiert, da die b -

$\bar{b}$ -Paare bei den pp -Kollisionen überwiegend unter einem kleinen Winkel relativ zur Strahlachse produziert werden. Daher sind die daraus entstehenden Hadronen in dieselbe Richtung geboostet [3].

In Abbildung 1 wird der Querschnitt des LHCb Detektors dargestellt. Der *Vertex-Locator* (VELO) dient der Identifizierung und Unterscheidung der primären und sekundären Vertices der Zerfälle. Da diese nur wenige Millimeter auseinander liegen, befindet sich der VELO direkt am Interaktionspunkt. Zusammen mit dem *Upstream Tracker* (UT), dem *Dipolmagneten* und dem *SciFi Detektor* bildet der VELO das Spektrometersystem des LHCbs. Dieses dient der Rekonstruktion von Teilchenspuren und der Bestimmung des Impulses. Der durch die Ablenkung der Teilchen in einem Magnetfeld bestimmt werden kann.

Die Detektoren *RICH1*, *RICH2*, *ECAL*, *Hcal* und die Myon Stationen *M2* bis *M5* dienen der Teilchenidentifikation. Der Schwerpunkt liegt hier in der Unterscheidung von Elektronen, Photonen, Kaonen und Protonen, da sie häufige Zerfallsprodukte von b -Hadronen sind [2].

2.2 Der SciFi Detektor

Der SciFi Detektor befindet sich direkt hinter dem Dipolmagnet des LHCb Detektors und ist damit unerlässlich für die rekonstruktion von Teilchenspuren, die durch den Magneten abgelenkt werden. Er bedeckt eine sensible Fläche von 340 m^2 und besteht aus mehr als 10000 km szintillierenden Fasern. Die verwendeten Fasern haben einen Durchmesser von $250 \mu\text{m}$ und werden in sechs gegeneinander versetzten Schichten zu einer kompakten Struktur aufgewickelt. Auf diese Weise entstehen Fasermatten mit einer Länge von 2,4m und einer Breite von 13cm. Eine Stirnseite der Matten ist mit einem Spiegel ausgestattet, der das entstehende Szintillationslicht zurück in Richtung des gegenüberliegenden Endes lenkt, an dem sich die Ausleseelektronik befindet. Jeweils acht dieser Matten werden zu größeren Einheiten zusammengefasst, die eine Gesamtbreite von 0,5m aufweisen. Aus diesen Einheiten bestehen dann die drei Detektorebenen des SciFi Detektors, die jeweils 12m lang sind und eine Breite von 4,8m aufweisen.

Jede der Detektorebenen besteht aus vier Schichten, die in einer x-u-v-x Anordnung angeordnet sind. Die x-Schichten sind parallel zur Strahlachse ausgerichtet, während die u- und v-Schichten um 5° gegenüber der x-Achse geneigt sind. Diese Anordnung ermöglicht es, die Position der durch die Fasern detektierten Teilchen sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Richtung zu bestimmen. Eine solche Station ist in Abbildung 2 dargestellt.

Am ende der Fasern befindet sich die Ausleseelektronik, die aus sogenannten Silicon Photomultipliern (SiPMs) besteht. Wenn ein geladenes Teilchen die Fasern durchquert, entstehen in den Fasern Photonen, die von den SiPMs detektiert werden [1].

2.3 Szintillierende Fasern

Damit die durch den in Abschnitt 2.3.1 beschriebenen Mechanismus entstehenden Photonen die SiPMs erreichen sind die Fasern so konstruiert, dass sie die Photonen durch

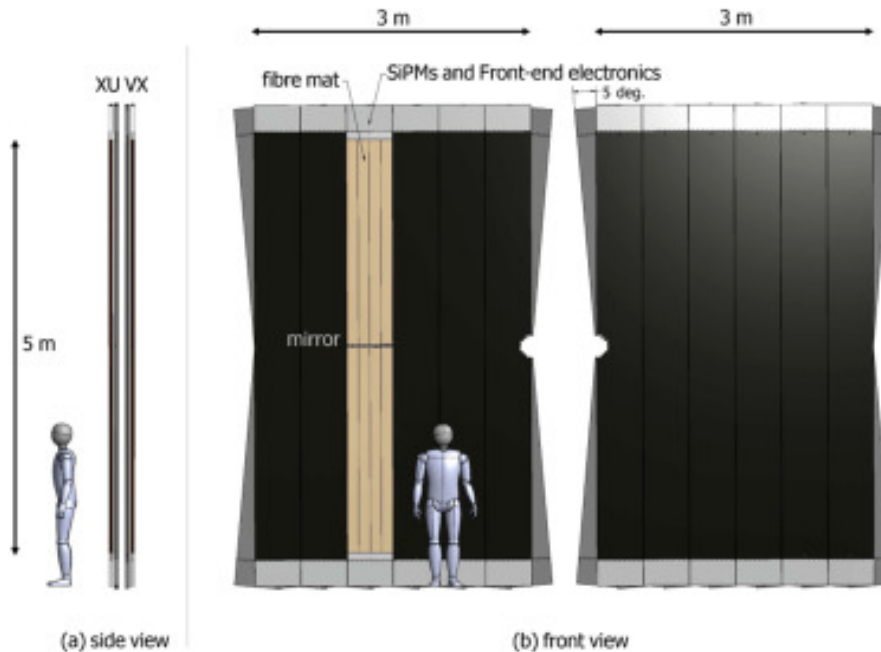


Abbildung 2: Schematische Darstellung einer Station des SciFi Detektors [4].

Totalreflexion transportieren können. Darum besteht eine szintillierende Faser aus einem Kern aus Polystyrene und zwei Schichten mit abfallendem Brechungsindex. Insgesamt hat die Faser dadurch einen Durchmesser von $250\text{ }\mu\text{m}$ [1].

In Abschnitt 2.3.2 wird der Transport der Photonen durch die Fasern mithilfe der Totalreflexion beschrieben. Mit dieser Beschreibung kann in Abschnitt 3 eine Szintillierende Faser charakterisiert werden.

2.3.1 Szintilations Mechanismus

Durch die Wechselwirkung eines geladenen Teilchens mit den Molekülen des Polystyrenkerns der Faser werden Elektronen in höhere Energieniveaus angeregt.

Fällt das Elektron radiativ in ein niedrigeres Energieniveau zurück, entsteht ein Photon, dessen Energie der Energiedifferenz der Niveaus entspricht.

Die Zerfallszeit für einen solchen radiativen Übergang liegt bei Polystyrene bei etwa 308 ns . Das ist im Vergleich zu anderen nicht radiativen Übergängen relativ lang wodurch nur etwa 3% der angeregten Elektronen durch nicht radiative Übergänge relaxieren. Darum wird dem Polyesteren P-Terphenyl in kleinen Mengen zugesetzt. Dieses hat eine Zerfallszeit von etwa $1,2\text{ ns}$ [1] und ermöglicht es den angeregten Elektronen schneller zu relaxieren wodurch die Anzahl der Photonen erhöht wird. Angeregt wird das P-Terphenyl durch die Energieübertragung über den Förster-Resonanz-Energie-Transfer (FRET) Mechanismus [1].

Ein weiterer benötigter Zusatzstoff ist der Wavelength Shifter Tetraphenyl-Butadiene. Dieser stellt sicher, dass die entstehenden Photonen eine Dämpfungslänge von etwa 3 m

haben [1], was notwendig ist damit die Photonen die SiPMs erreichen können. Wavelength Shifter haben die Fähigkeit die Wellenlänge von Photonen zu verschieben. Sie haben ein Absorptionsspektrum, das sich mit dem Emissionsspektrum des P-Terphenyl überlappt, aber das Photon mit einer längeren Wellenlänge wieder emittieren [1].

2.3.2 Photon Transport

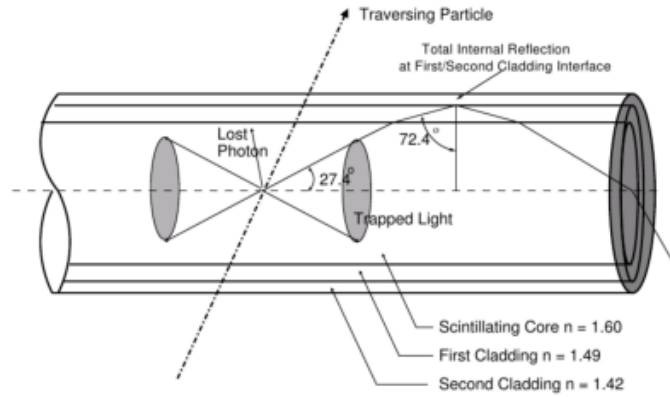


Abbildung 3: Schematische Darstellung einer Szintillationsfaser mit zwei Ummantelungen. Zusätzlich sind die Kritischen Winkel für die Totalreflexion dargestellt [5].

In Abbildung 3 ist eine schematische Darstellung einer Szintillationsfaser mit zwei Ummantelungen dargestellt. Nach dem Snell'schen Gesetz gilt für die Totalreflexion, dass der Einfallswinkel an der Grenzfläche größer als der kritische Winkel $\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ sein muss. Für den Bereich zwischen den beiden Ummantelungen ergibt sich wie in Abbildung 3 dargestellt $\theta_c = 72.4^\circ$. Daraus folgt, dass ein Photon, welches durch ein geladenes Teilchen in der Faser Längsachse erzeugt wird, in einem Kegel mit einem Öffnungswinkel von $2 \cdot 26.7^\circ$ durch Totalreflexion transportiert wird[6].

Unter der Annahme, dass die Photonen sich durch den Kern der Faser bewegen, kann die Anzahl der Totalreflexionen N eines Photons berechnet werden durch:

$$N = \frac{x \tan(\theta)}{2\sqrt{r_{\text{core}}^2 - r_{\text{min}}^2}} \quad (1)$$

Wobei x die Länge der Faser, r_{core} der Radius des Kerns der Faser, r_{min} der minimale Abstand des Photons von der Längsachse der Faser und θ der Winkel zwischen der Längsachse und der Richtung des Photons ist. Eine Schematische Darstellung der Parameter ist in Abbildung 4 dargestellt. Die zurückgelegte Strecke L durch die Faser ergibt sich durch:

$$L = \frac{x}{\cos(\theta)}. \quad (2)$$

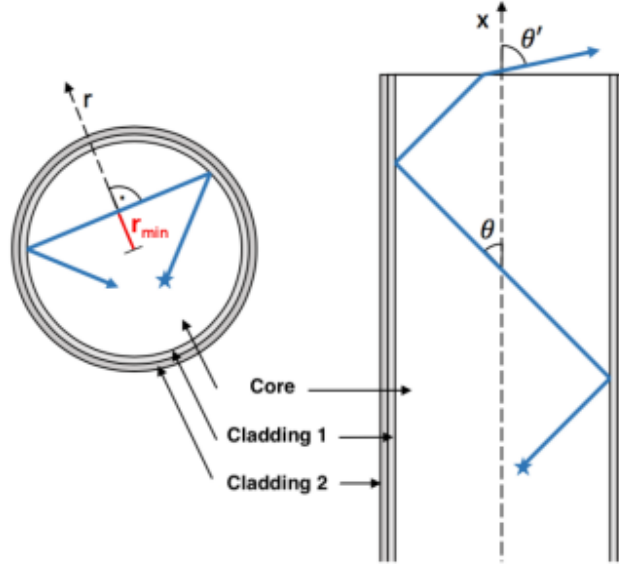


Abbildung 4: Schematische Darstellung der Bewegung eines Photons in einer Szintillationsfaser, unter der Annahme, dass es sich durch den Kern der Faser bewegt [1].

Der Winkel θ_{refl} unter dem das Photon an der Grenzfläche reflektiert wird, kann geometrisch durch die Abhängigkeit von r_{min} und r_{core} beschrieben werden durch:

$$\theta_{\text{refl}} = \arcsin \left(\sqrt{1 - \frac{r_{\text{min}}^2}{r_{\text{core}}^2} \sin^2(\theta)} \right). \quad (3)$$

Es wird deutlich, dass wenn r_{min} gegen r_{core} geht, Totalreflexion schon bei 0° auftritt. Geht r_{min} gegen 0 , so ist erwartungsgemäß $\theta_{\text{refl}} = \theta$.

Die Anzahl der Photonen, welche das Ende der Faser unter dem Winkel θ und der Entfernung x erreichen, kann durch die Intensität $I(x, \theta)$ beschrieben werden. Die Abnahme der Intensität, kann durch zwei separierte Effekte beschrieben werden. Zum einen durch Absorptionen durch das Material der Faser (I_{core}). Dies geschieht durch auftretende von Rayleigh-Streuung, welche den Winkel der Photonen so ändert, dass es nicht mehr zu Totalreflexion kommt. Zusätzlich kommt es durch verschiedene Effekte zur Absorption der Photonen durch die Faser. So werden durch die Photonen Phononen angeregt und auch die self-Absorption durch die Wavelength Shifter führt zu einer Abnahme der Intensität.

Zum anderen kommt es zu Verlusten von Photonen durch Reflektionen an der Grenzfläche zwischen den Materialien. Die totale Intensität I_{total} kann durch die folgende Formel beschrieben werden:

$$I_{\text{total}}(x, \theta) = I_0 \cdot I_{\text{core}}(x, \theta) \cdot I_{\text{refl}}(x, \theta). \quad (4)$$

In Abhängigkeit von der zurückgelegten Strecke L durch die Faser und der Dämpfungslänge λ kann die abnahme der Keren Intebnsität beschrieben werden durch:

$$I_{\text{core}}(x, \theta) = \exp - \frac{L(x, \theta)}{\lambda}. \quad (5)$$

Die Intensität der reflektierten Photonen I_{refl} kann durch die Anzahl der Reflektionen N und der zurückgelegten Strecke L beschrieben werden durch:

$$I_{\text{refl}}(x, \theta) = I_0 \exp \left(- \frac{L(x, \theta)}{\lambda} - N(x, \theta) \right). \quad (6)$$

Setzt man hier die Formeln 2 und 3 für L und N ein, so ergibt sich die folgende Formel für die Intensität der reflektierten Photonen:

$$I_{\text{refl}}(x, \theta) = I_0 \exp \left(- \frac{x}{\lambda \cos(\theta)} - \frac{x \tan(\theta)}{2\sqrt{r_{\text{core}}^2 - r_{\text{min}}^2}} \right). \quad (7)$$

Woraus sich die effektive Dämpfungslänge a_{eff} ergibt durch:

$$a_{\text{eff}}(\theta) = \frac{a_0}{\cos(\sigma)} + \frac{\epsilon \tan \theta}{2\sqrt{r_{\text{core}}^2 - r_{\text{min}}^2}}. \quad (8)$$

2.4 Silicon Photomultiplier

Silizium-Photomultiplier (SiPMs) werden im SciFi-Tracker eingesetzt, um die von den Szintillationsfasern erzeugten Photonen nachzuweisen. Dazu sind sie direkt an den Enden der Fasermatten angebracht. in SiPM besteht aus einer Matrix vieler einzelner Avalanche-Photodioden-Pixel, die im sogenannten Geiger-Modus betrieben werden.

Trifft ein Photon auf ein solches Pixel und wird absorbiert, erzeugt es ein Elektron-Loch-Paar. Durch das angelegte elektrische Feld werden diese Ladungsträger getrennt und beschleunigt. Dabei gewinnen die Elektronen genügend Energie, um weitere Elektron-Loch-Paare zu erzeugen. Es kommt zu einer lawinenartigen Verstärkung (Avalanche), bei der typischerweise etwa (10^6) Elektronen entstehen. D iese Ladungslawine führt zu einem messbaren Strompuls.

Damit das Pixel nach einem solchen Ereignis wieder empfindlich wird, muss die Avalanche gestoppt werden. Dies geschieht durch einen in Reihe geschalteten Widerstand, der den Strom begrenzt und die Lawine „quencht“. Anschließend ist das Pixel wieder bereit, ein neues Photon zu detektieren.

Eine zentrale Kenngröße von SiPMs ist die Photodetektionseffizienz (Photon Detection Efficiency, PDE). Sie beschreibt das Verhältnis zwischen detektierten und tatsächlich einfallenden Photonen und hängt stark von der Wellenlänge des Lichts ab. Im Maximum liegt die PDE bei etwa 43%.

Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die Dunkelrate (dark count rate), also das Signalrauschen, das ohne einfallendes Licht entsteht. Dieses Rauschen ist temperaturabhängig

und wird hauptsächlich durch thermisch erzeugte Ladungsträger verursacht. Um diesen Effekt zu minimieren, werden die SiPMs im SciFi-Tracker bei einer Temperatur von etwa -40°C betrieben.

Zu beachten ist, dass SiPMs keine Information über die Wellenlänge der detektierten Photonen liefern. Zudem sind sie so montiert, dass sie das gesamte am Faserende austretende Licht integrieren [1].

3 Auswertung

Diese Auswertung ist unterteilt in eine Spektrometer-Messung in Unterabschnitt 3.1, eine Messung über die radiale Symmetrie in Unterabschnitt 3.2, die Simulationsergebnisse in Unterabschnitt 3.3 und die Intensitätsmessung zur Bestimmung der Dämpfungslänge in Unterabschnitt 3.4.

3.1 Spektrometer-Messung

Als erstes wird die Spektrometer-Messung durchgeführt. Das gemessene Signal ist in der Abbildung 5 eingezeichnet. Die Messung wurde einmal mit Raumlicht gemessen und einmal ohne Raumlicht.

Bei der Messung ohne Raumlicht zeigt sich ein klarer Peak bei etwa 460 nm auf der Höhe des Hintergrundrauschens, das hier bei etwa 570 Counts liegt. Bei angeschaltetem Raumlicht zeigt sich ein vielseitigeres Profil mit einem Peak bei einer ähnlichen Wellenlänge von ungefähr 454 nm und einer breiteren Kurve. Bei dem Peak vor dem größeren Lichtspektrum handelt es sich vermutlich nicht direkt um die Diode, auch wenn diese in das Farbspektrum grob passen würde, da die gemessene Intensität bei angeschalteten Raumlicht offensichtlich viel größer ist als die Intensität von der Photodiode ohne Raumlicht.

Als Nächstes werden die "Dark Counts"(DC) von dem gemessenen Signal abgezogen. Das Resultat wird in Abbildung 6 dargestellt.

Ähnlich wie bei der Abbildung 5 ist der Peak der Photodiode ohne Raumlicht und abgezogenen Dark Counts klar erkennbar. Ist jedoch das Raumlicht eingeschaltet, dann ist eine Verzerrung des Peaks trotz abgezogenen Dark Counts sichtbar, weshalb die folgenden Messungen ohne Raumlicht fortgeführt werden.

3.2 Radiale Messung

Für die radiale Messung wurde der horizontale Winkel h von -18° bis $34,5^{\circ}$ und der vertikale Winkel v von -6° bis $34,5^{\circ}$ jeweils eingestellt und mithilfe des Spektrometers für die verschiedenen Wellenlängen λ eine jeweilige Intensität ermittelt. Danach wurden alle Intensitäten der verschiedenen Wellenlängen summiert, um eine gesamte Intensität zu bestimmen. Das Resultat ist in der Abbildung 7 in ein zwei-dimensionales Histogramm

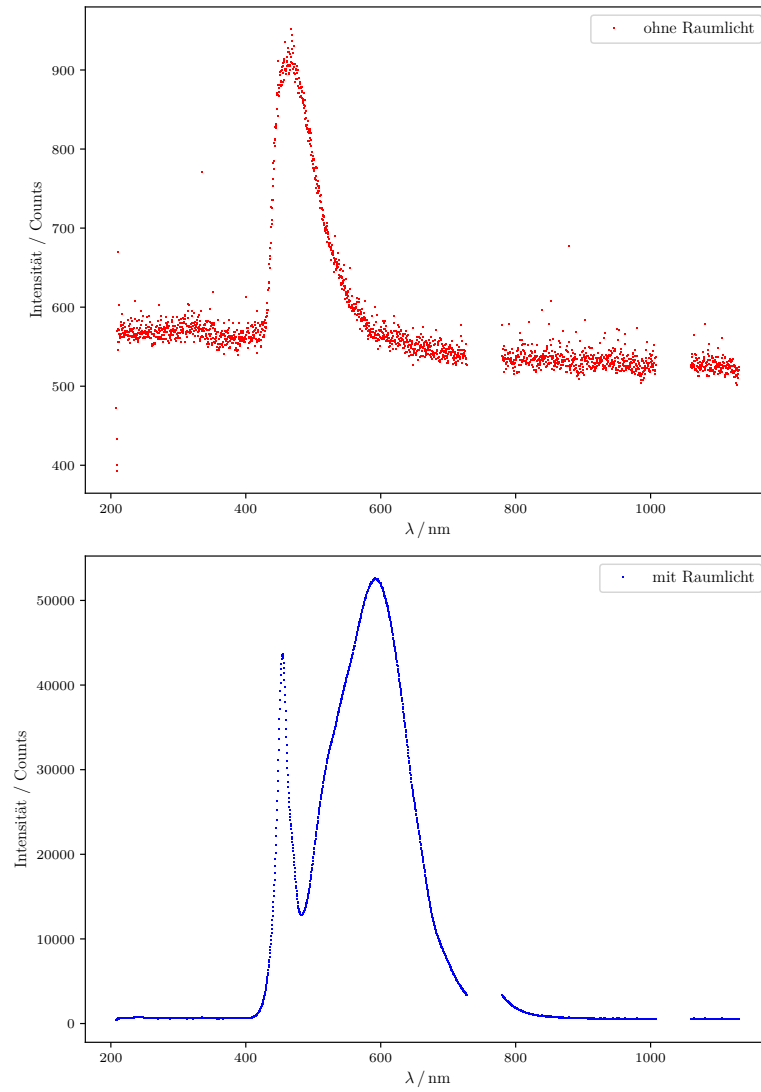


Abbildung 5: Messungen des Spektrometers mit Raumlicht an und aus.

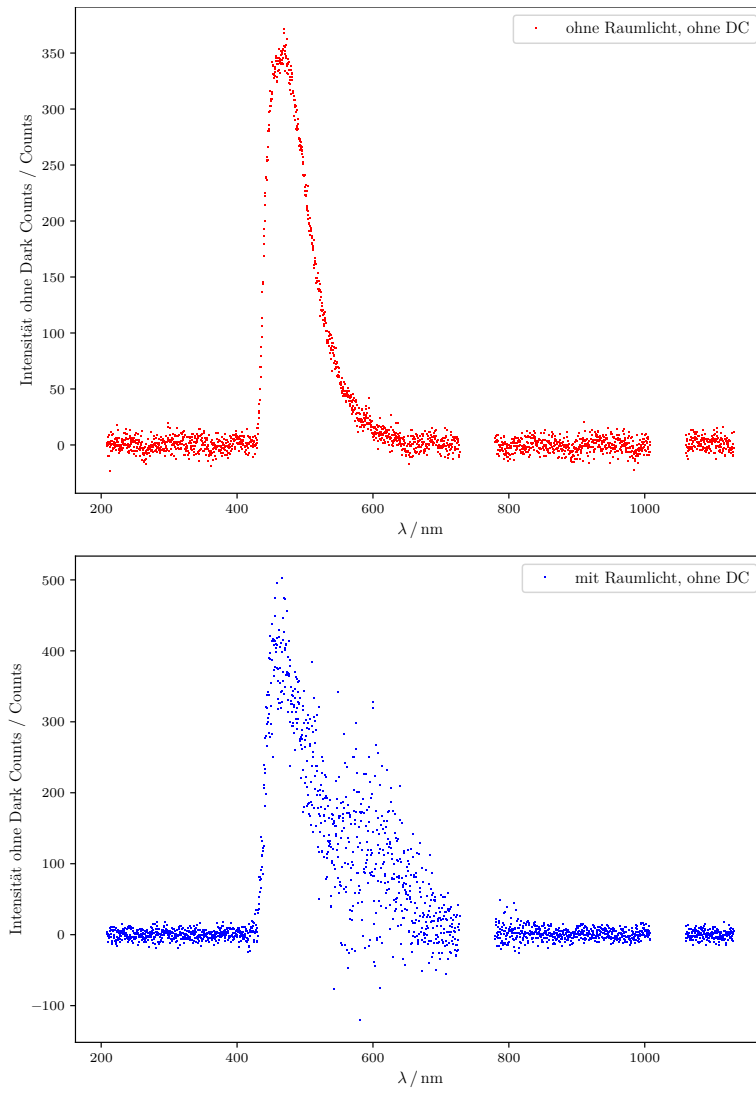


Abbildung 6: Korrigierte Intensitäten der Messung von Abbildung 5, indem die "Dark Counts"(DC) vom Signal abgezogen wurden.

dargestellt.

Es zeigt sich eine klare radiale Symmetrie, die durch die Faser bestimmt wird. Desweiteren

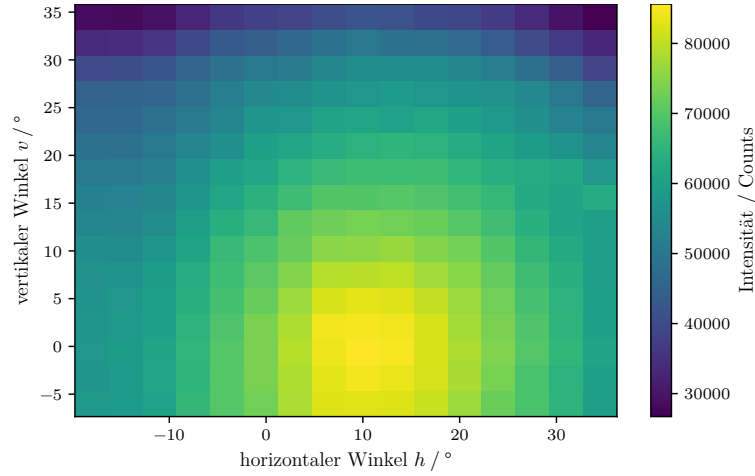


Abbildung 7: Ein zwei-dimensionales Histogramm der gemessenen Intensitäten in Abhängigkeit des horizontalen Winkels h und des vertikalen Winkels v .

nimmt die Intensität mit dem Zentrum nach Außen hin wie erwartet ab.

3.3 Simulation

Die Simulation erstellt einen Datensatz der zunächst auf unphysikalische Photonen gefiltert werden muss. Dafür wird zunächst der Radius der Faser bestimmt. Der Durchmesser ist in der Versuchsanleitung [anleitung] gegeben daraus schließt sich der Faserradius von $r_{\text{Faser}} = 0,125 \text{ mm}$. Dann wird aus den Simulationswerten y_{exit} und z_{exit} ein radialer Ausgangspunkt aus der Faser r_{exit} mithilfe von $r_{\text{exit}} = \sqrt{y_{\text{exit}}^2 + z_{\text{exit}}^2} \leq r_{\text{Faser}}$ bestimmt. Dieser Wert lässt als Bedingung nur noch die Photonen in dem Ergebnis, welche auch nur innerhalb der Faser hätten austreten können. Ebenso werden die Photonen gefiltert die mit der Rayleigh Streuung heraus gestreut werden.

Danach wird ein neuer Raumwinkel Θ eingeführt. Dieser beschreibt den Winkel von den simulierten Photonen zu der Faserachse und leitet sich aus der Formel $p_x = |\vec{p}| \cdot \cos \Theta$ her. Dabei ist p_x bekannt in der Simulation und $\vec{p}$ ist normiert und damit gegeben als $|\vec{p}| = 1$. Es folgt die Formel

$$\Theta = \arccos p_x.$$

Um die Photonen in den Bereichen "Cladding" und "Core" zu unterteilen, werden diese mithilfe der Einträge von "length_clad" sortiert. Dieser Wert stellt die zurückgelegte Länge im Mantel dar und identifiziert die "Core"-Photonen direkt, da diese nicht in den Mantel eindringen. Die jeweiligen kritischen Winkel zeigen dabei den Grenzwert der inneren Totalreflexion in der korrespondierenden Schicht an. Dafür werden die Brechungsindizes von dem Kern n_{core} , der ersten Ummantelung n_{clad1} und von der

zweiten Ummantelung n_{clad2} benötigt. Diese werden erneut aus dem Skript entnommen [anleitung] und sind damit gegeben als $n_{\text{core}} = 1,6$, $n_{\text{clad1}} = 1,49$ und $n_{\text{clad2}} = 1,42$. Die kritischen Winkel lassen sich bestimmen mit

$$\Theta_{\text{krit}, i} = \arcsin \left(\frac{n_{i+1}}{n_i} \right).$$

Die Ergebnisse zu der simulierten Intensität in Abhängigkeit von Θ und unterteilt in "Cladding" und "Core" befinden sich in der Abbildung 8. Ebenfalls sind die kritischen Winkel von dem Übergang "Core" zu "Cladding 1" und dem Übergang "Cladding 1" zu "Cladding 2" eingezeichnet. Es ist ein linearer Anstieg der "Core"-Photonen erkennbar.

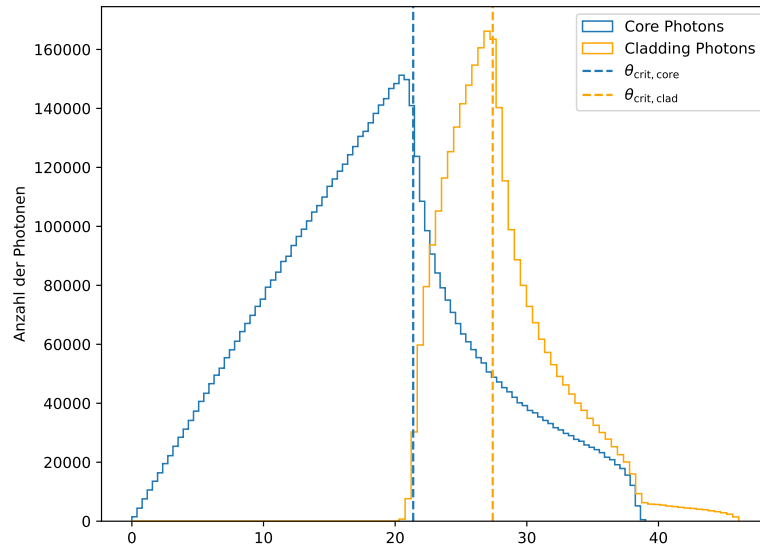


Abbildung 8: Die simulierten Intensitäten in ein Histogramm gegen den Winkel Θ aufgetragen.

Dies lässt sich daraus herleiten, dass der Raumwinkel definiert ist als $d\Omega = \sin \Theta d\Theta d\Phi$ und für kleine Winkel ist $\sin \Theta \approx \Theta$ und damit linear für den Anfang. Der kritische Winkel von den "Core"-Photonen liegt auf dem Maximum der Intensität, da ab diesem Punkt die Photonen in den Mantel übergehen. Es werden jedoch noch weitere Photonen über dem kritischen Winkel hinaus gemessen, da die Berechnung des kritischen Winkels eine meridionale Laufbahn voraussetzt. Diese ist jedoch nur für die Photonen bestimmt, die sich genau auf der Faserachse befinden. Die Photonen für die diese Voraussetzung nicht gilt, bewegen sich helikal durch die Faser. Da dies den tatsächlichen Winkel der Photonen zur Grenzfläche verändert, sind auch noch "Core"-Photonen bei einem größeren Winkel als den kritischen Winkel erlaubt. Da dies jedoch nur noch wenige Laufbahnen zulässt, ist die Intensität darüber hinaus stark unterdrückt, wie auch in der Abbildung 8 zu sehen ist.

Diese Begründung wird von den Daten der "Cladding"-Photonen unterstützt, da die simulierten Werte alle oberhalb des kritischen Winkels sind und damit keine Totalreflexion

innerhalb des Mantels ermöglichen würden, sobald von einer meridionalen Laufbahn ausgegangen wird. Erst unter Betrachtung einer helikalen Laufbahn, lässt sich beschreiben, wieso noch weitere "Cladding"-Photonen durch simulierter Detektion erfasst werden. Der Grund wieso die Photonen bei etwa 45° nicht mehr "gemessen" werden, ist vermutlich der kritische Winkel von der äußeren Umantelung zur Luftoberfläche. Dieser wird mit $n_{\text{Luft}} \approx 1$ ungefähr bei $\Theta_{\text{krit, clad2}} = \arcsin\left(\frac{n_{\text{Luft}}}{n_{\text{clad2}}}\right) \approx 44,8^\circ$ liegen. Ebenso ist die Intensität der "Cladding"-Photonen ab einem Punkt stark unterdrückt, da vermutlich nur noch weniger Laufbahnen einen so großen Winkel innerhalb der Umantelung ermöglichen würden.

Als nächstes wird der minimale Abstand zur Faserachse der einzelnen Photonen bestimmt. Da die Photonbahn eines Photons, das nicht auf der Faserachse bewegt, eine Gerade ist mit mehreren Reflexionen wird der minimale Abstand durch die Formel für den minimalen Abstand zweier Geraden im Raum bestimmt. Dabei ist die zweite Geraden auf der x -Achse. Dadurch folgt die Formel

$$r_{\min} = \frac{|\vec{r}_0 \cdot (\vec{p} \times \vec{e}_x)|}{|\vec{p} \times \vec{e}_x|}.$$

Aus den Kreuzprodukten ergibt sich die Formel

$$r_{\min} = \frac{|y_0 p_z - z_0 p_y|}{\sqrt{p_y^2 + p_z^2}}. \quad (9)$$

Die Gleichung 9 gilt nur für Impulsvektoren die nicht parallel der x -Achse laufen. Für $\vec{p} \parallel \vec{e}_x$ gilt:

$$r_{\min, \parallel} = \sqrt{y_0^2 + z_0^2}. \quad (10)$$

Die Ergebnisse werden in der Abbildung 9 für die "Core"- und die "Cladding"-Photonen in Abhängigkeit des Winkels Θ und des minimalen Abstandes zur Faserachse $r_{\min}$ zusammengetragen. Unter der Betrachtung der Formel aus dem Skript **[anleitung]**

$$\Theta_{\text{refl}} = \arcsin\left(\sqrt{1 - \frac{r_{\min}^2}{r_{\text{core}}^2}} \sin \Theta\right) \quad (11)$$

ergibt sich, dass für kleine $r_{\min}$, also für Photonen nahe der Faserachse, $\Theta_{\text{refl}} \approx \Theta$ ist und für große $r_{\min}$, also Photonen weiter außerhalb, der Reflexionswinkel Θ_{refl} kleiner ist als der Winkel zur Faserachse Θ . Dies impliziert, dass nur große Θ -Werte möglich sind mit größeren minimalen Abstand zur Faserachse $r_{\min}$. Genau das lässt sich auch in der Abbildung 9 wiedererkennen. Darüber hinaus ist für die "Core"-Photonen die Grenzlinie, definiert durch die Gleichung 11 bei $\Theta_{\text{refl}} = \Theta_{\text{krit, core}}$, mit eingezeichnet. Diese Grenzlinie stellt auch die simulierte Grenzlinie dar, ab welchen Winkeln Θ keine Photonen mehr "gemessen" werden.

Der letzte Schritt der Auswertung der Simulation ist die Bestimmung der Dämpfungslänge

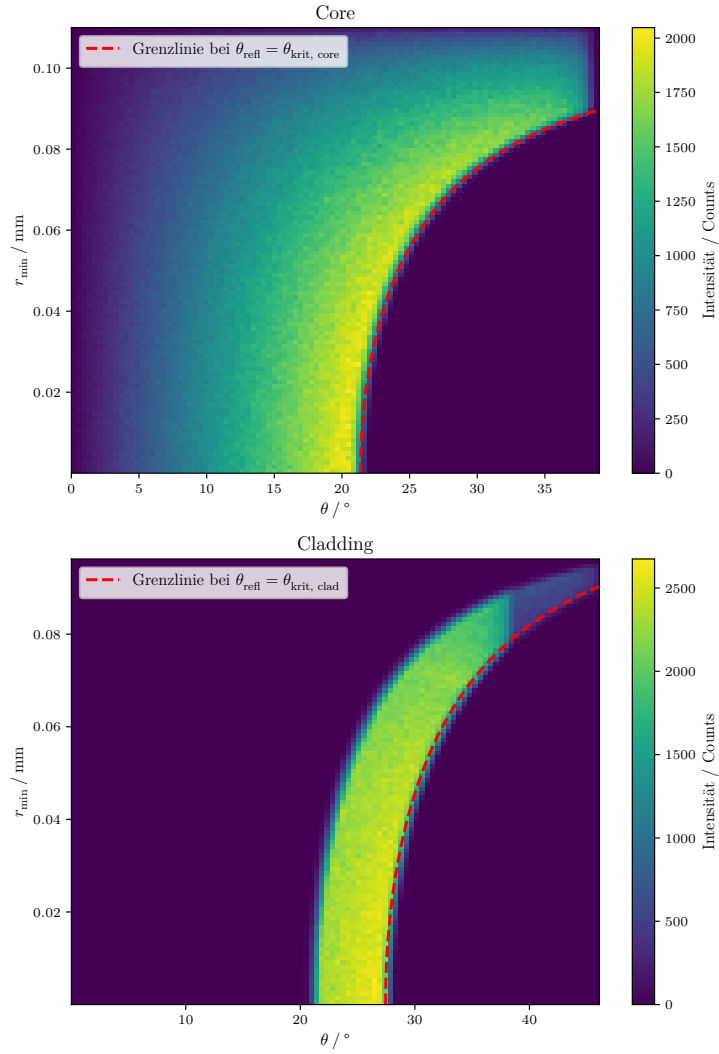


Abbildung 9: Ein zwei-dimensionales Histogramm von den simulierten Intensitäten in Abhängigkeit von dem minimalen Abstand zur Faserachse $r_{\min}$ und dem Winkel Θ .

Λ für verschiedene Winkel. Dabei werden die Winkel bestimmt, die auch in dem ?? für die Intensitätsmessung, welche in der Auswertung im Unterabschnitt 3.4 analysiert wird, verwendet werden. Dabei lassen sich der horizontale Winkel h und der vertikale Winkel v definieren als

$$h = \arctan\left(\frac{p_y}{p_x}\right) \quad \text{und} \quad v = \arctan\left(\frac{p_z}{p_x}\right).$$

Danach werden die Photonen gezählt, die in einem festen Winkelbereich der horizontale Komponente $h = 10^\circ \pm 2^\circ$ und in verschiedenen Winkelbereichen der vertikale Komponente v von $0^\circ \pm 2^\circ$ bis $36^\circ \pm 2^\circ$ liegen. Dies wird dann in Abhängigkeit der Anregungsposition "gpsPosX" von 100 mm bis 2400 mm in der Abbildung 10 dargestellt. Desweiteren wird ein Fit der Form

$$I_{\text{fit}}(x) = I_0 \cdot \exp^{-\frac{x}{\Lambda}} \quad \text{mit} \quad x = \text{"gpsPosX"}$$

durch die simulierten Messwerte für die verschiedenen Winkel v gezeichnet. Die Intensität

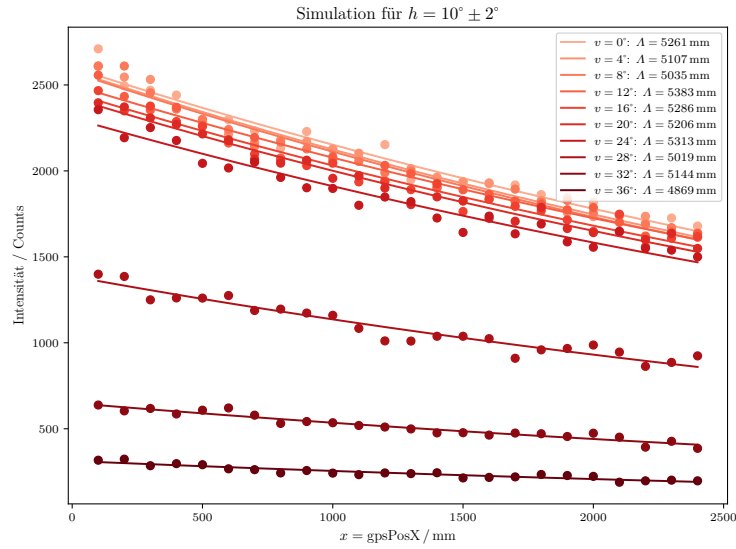


Abbildung 10: Die simulierte Intensität für einen festen horizontalen Winkelbereich $h = 10^\circ \pm 2^\circ$ und verschiedenen vertikalen Winkelbereiche v von $0^\circ \pm 2^\circ$ bis $36^\circ \pm 2^\circ$ und verschiedenen "gpsPosX" Werten von 100 mm bis 2400 mm.

fällt wie erwartet exponentiell mit der Anregungsposition x ab. Es zeigt sich, dass die Dämpfungslänge mit größeren vertikalen Winkeln v immer kleiner wird, was bedeutet, dass die Intensitätsverluste immer größer werden. Diese Verluste beziehen sich auf die Abschwächungen im Material durch Absorption oder Streuung als auch auf die Reflexionsverluste an den Grenzflächen. Daraus folgt, dass wenn ein Photon eine längere Weglänge durch die Faser läuft bzw. häufiger reflektiert wird, die effektive Reichweite damit verkürzt wird.

3.4 Intensitätsmessung

Für die Intensitätsmessung werden die Winkel $h = 10^\circ$ und v von 0° bis 36° eingestellt und die Intensität für die verschiedenen x -Werten von 0 mm bis 2400 mm gemessen. Es folgen die Resultate in der Abbildung 11. Genauso wie in Unterabschnitt 3.3 wird ein Fit der Form aus der Gleichung 3.3 durch die Messwerte der verschiedenen Winkel v erstellt. Die Ergebnisse liefern verschiedene Dämpfungslängen von 2182 mm bis zu 1530 mm.

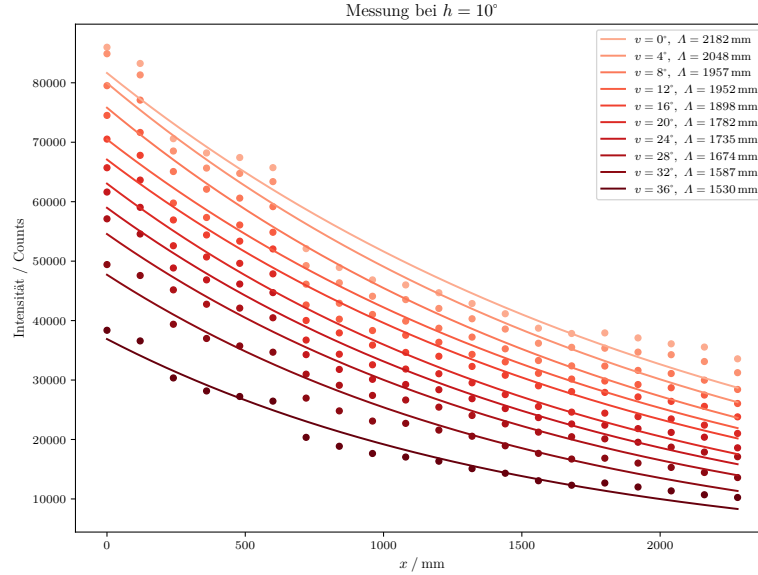


Abbildung 11: Die gemessenen Intensitäten für einen festen horizontalen Winkel $h = 10^\circ$ und verschiedenen vertikalen Winkeln v von 0° bis 36° und verschiedenen x -Werten von 0 mm bis 2400 mm.

4 Diskussion

Literatur

- [1] Technische Universität Dortmund. *Measurement of scintillating fibres for the LHCb-experiment Lab Course E5a*.
- [2] LHCb collaboration. *Framework TDR for the LHCb Upgrade II: Opportunities in flavour physics, and beyond, in the HL-LHC era*. Techn. Ber. Geneva: CERN, 2021. URL: <https://cds.cern.ch/record/2776420>.
- [3] Christian E. *$\bar{b}b$ production angle plots*. URL: https://lhcb.web.cern.ch/lhcb/speakersbureau/html/bb%5C_ProductionAngles.html%7D%7Bhttps://lhcb.web.cern.ch/lhcb/speakersbureau/html/bb%5C_ProductionAngles.html%7D%7D.

- [4] Lukas Gruber. „LHCb SciFi — Upgrading LHCb with a scintillating fibre tracker“. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* (2020). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nima.2019.03.080>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016890021930422X>.
- [5] LHCb Collaboration. *LHCb Tracker Upgrade Technical Design Report*. Techn. Ber. 2014. DOI: 10.17181/CERN.000E.909T. URL: <https://cds.cern.ch/record/1647400>.
- [6] Lukas Wittola. „Commissioning, Calibration and EarlyPerformance of the LHCb Scintillating FibreTracker“. In: *DISSERTATION* (2024).