




PROYECTO	Rancho Chiapa
MUNICIPIO Y ESTADO	San Juan Tzicatlacoyan, Puebla
SUSTANCIA	Caliza fosilífera
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	A 3.5 Km de la cabecera municipal de Tzicatlacoyan, Puebla. Desde la cabecera de San Juan Tzicatlacoyan la localidad tiene comunicación por camino de terracería a la Sierra El Tenzo.
INFRAESTRUCTURA	A 2.0 Km al sureste en línea recta se localiza la Cabecera Municipal de Tzicatlacoyan, Puebla. Esta localidad cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable y centro de salud.
SUPERFICIE APROX.	2 hectáreas.
GEOLOGÍA	Secuencia de caliza fosilífera dolomitizada de color crema, con una estratificación gruesa, de textura congloremática, compuesta por calcita, dolomita, cuarzo, hematita y minerales arcillosos. Por su aspecto fosilífero, el color crema claro y espesor de los estratos, se dimensiona con posibilidad de corte en placas.
CALIDAD	Aspecto fosilífero muy vistoso, se puede emplear en fachadas exteriores e interiores y para recubrimientos de muros y pisos, así como fabricación de muebles para baño y mesas.
POTENCIAL	600,000 m ³ . Considerando 200 m de largo, 100 de ancho y 30 m de espesor.
SITUACIÓN LEGAL	Propiedad privada, Sr. Felipe Castero Pérez
REQUERIMIENTO	Recursos para promover el aprovechamiento del depósito y su transformación, así como la comercialización del producto a nivel nacional y extranjero.
OBSERVACIONES	La secuencia de esta caliza presenta un frente de corte con hilo diamantado. La cantera de extracción se presenta en capas de estratificación gruesa que permite la extracción de bloques de 2.0 X 1.4 X 1.4 m, y se presenta favorable para aprovechar la explotación del yacimiento en forma de tajos escalonados.
FUENTE	Programa de Estudio de Rocas Dimensionables de México, 2011.



Panorámica de la frente de extracción de bloques de caliza fosilífera en la localidad Rancho Chiapa, Mpio. San Juan Tzicatlacoyan, Estado de Puebla.

NO TIENE FOTO

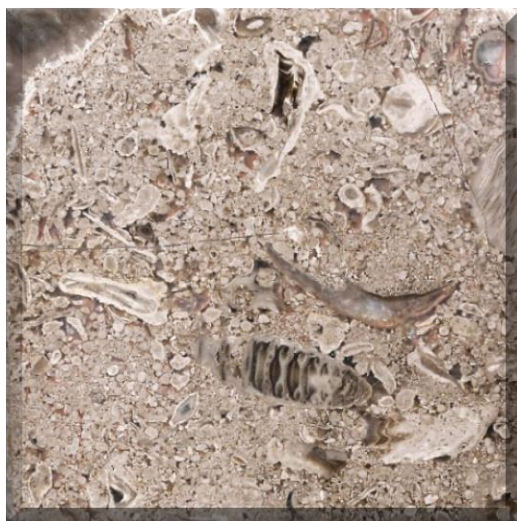

Mosaico pulido de caliza fosilífera de la localidad Rancho Chiapa, Mpio. San Juan Tzicatlacoyan, Estado de Puebla.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES

Proyectos Mineros en Promoción

Nombre de Localidad: RANCHO CHIAPA Sustancia: CALIZA FOSILÍFERA No. de Ficha: PUE-C2**I. Localización**Municipio: San Juan Tzicatlacoyan Estado: Puebla Carta 1:50,000: San Francisco Totimehuacan (E14 B53)
NAD27 UTM X: 600,477 NAD27 UTM Y: 2,079,993 Elevación: 2,102 msnmLocalización y Acceso: Se localiza a 3.5 Km de Tzicatlacoyan, Pue., y a 30 Km al sureste de la ciudad de Puebla. Desde la Cabecera municipal de San Juan Tzicatlacoyan, la localidad tiene comunicación por camino de terracería a la Sierra El Tentzo.**II. Propiedad Minera**Nombre del Propietario: Sr. Felipe Castero Pérez Superficie: 2 Ha.
Datos de Localización: Tenencia de la Tierra: Propiedad Privada**III. Características Geológico-Mineras**

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☒ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>200 m</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>100 m</u>
☒ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>30 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>600,000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Dolomitización</u>		Color: <u>Crema claro.</u>	

IV. Infraestructura**Servicios**Electricidad 2 km Telefonía 2 km Agua 2 km Terracería En sitio km Carretera 2 km Mano de Obra 2 kmPoblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 2.0 Km al noroeste en la cabecera municipal de Tzicatlacoyan, Pue.,Planta de Proceso: Tipo: Trituración Capacidad: 5,000 ton/mes Producción: 3,000 ton/mesProceso de Beneficio: ☒ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☒ Otros: Marmolina, CaCO₃ y mat. para construcciónMercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno**V. Actividades**Muestras Colectadas: Una Claves: PUE-C2 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: Resultados de Laboratorio: Densidad promedio 2.67 g/cm³, absorción al agua 0.20 %, resistencia a la compresión 1,449.21 kg/cm². Calidad de corte es bueno, aristas sanas y superficie lisa. Cumple con las normas ASTM C 503-08a para acabados arquitectónicos y de construcción. y ASTM C 568-08a (mampostería).**VI. Aspectos Megascópicos****Usos Principales**Actualmente se tritura para marmolina, carbonato de calcio y material para construcción. Posible uso en placas pulidas para acabados ornamentales en la construcción. En bloques para mampostería, artesanías y esculturas. Triturada como grava y arena, como agregado para concretos y acabados.**Descripción del Mosaico**Mármol de color crema claro de textura conglomerática, compuesto de calcita, cuarzo, hematita, y minerales arcillosos. La abundancia de fósiles le da un aspecto muy vistoso.**Observaciones**Presenta posibilidades para la extracción de bloques de caliza para la industria de roca dimensionable. Sus propiedades físicas la caracterizan como buen material para carga en estructuras y para uso arquitectónico.**Mosaico Pulido**Realizó: Ing. Arturo J. Ruiz OrtizFecha: 11 de noviembre de 2010