


完全代用品信息				
代用品产品号	代用品客户代码	代用品零件号	代用日期	签字


来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				初始图纸	A	20250106	马传德
SJ-25027			ⓐ/3	产品增加包胶,更改材料,更改骨架结构	B	20250120	马传德
SJ-25738			ⓑ/8	增加底部包胶厚度,更新技术要求、胶料配方、产品硬度测量要求,更新骨架过胶孔,更新骨架材质,增加骨架底座宽度,更新刚度测试标准	C	20251230	马传德

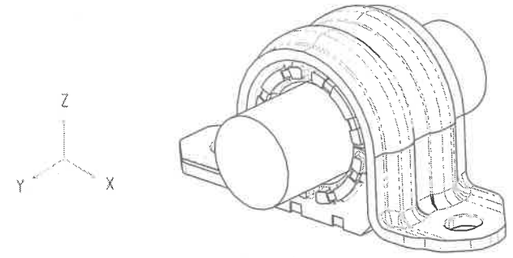

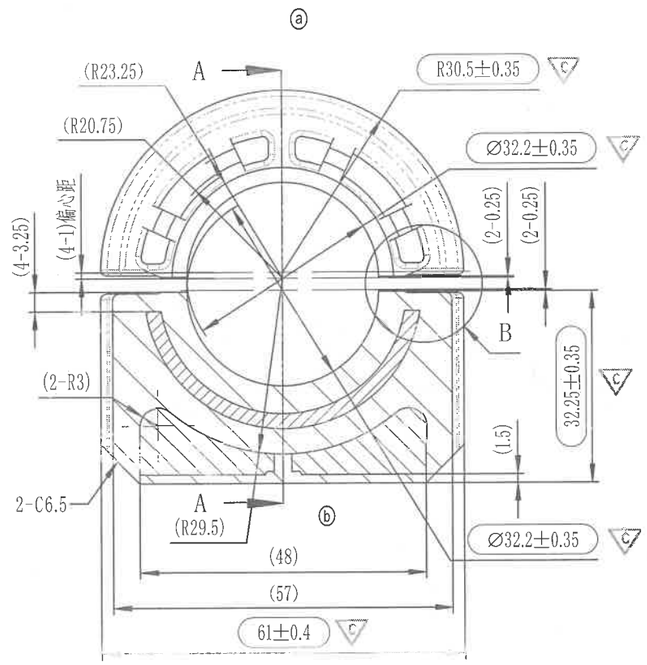


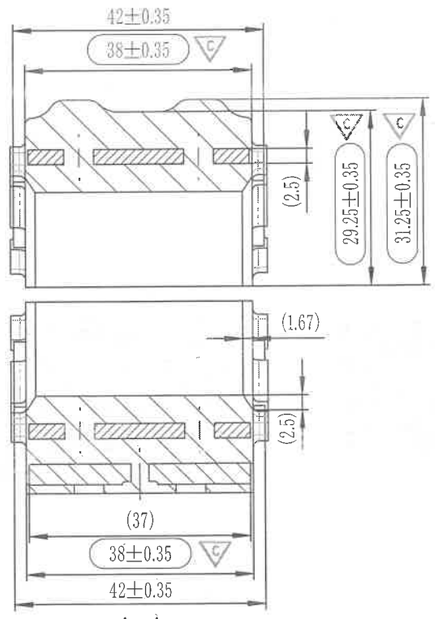

A-A
1:1

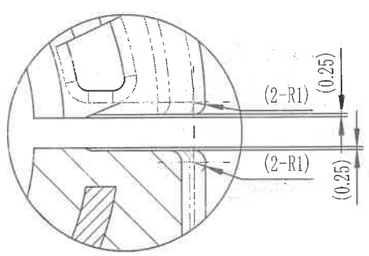

B
2:1



ⓑ 产品硬度测量位置
(侧面凸起筋的中间位置)

DIN ISO 3302-1 Class M2										
	≤4	≤6.3	≤10	≤16	≤25	≤40	≤63	≤100	≤160	>160
F	±0.1	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.5%
C	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.8	±0.7%

技术要求:ⓐⓑ

1.未注尺寸公差按照ISO 3303-1 M2级执行; ⓑ

2.天然胶,橡胶材料硬度要求60±3shA(产品硬度62±3shA),材料性能满足DVP要求;

3.Ⓘ为重要特性,Ⓒ为关键特性;

4. 衬套表面刻字内容:>NR+SBR<、型腔号、零件号、杆径、时间钟、供应商代码等标识;各标识位置均匀分布在衬套两侧清晰无遮挡的橡胶空白表面;

5.衬套性能试验要求如下:

5-1.刚度试验 ⓑ

Z向静刚度:加载±10000N,速度10±2mm/min,循环3次,取值范围±500N

Z向动刚度:①频率0-50Hz,测试步长1Hz,振幅±0.5mm,取值15Hz时的动刚度

②频率50-300Hz,测试步长10Hz,振幅±0.1mm,取值100Hz时的动刚度

Y向静刚度:加载±1000N,速度10mm/min,循环3次,取值范围±500N

扭转刚度:加载±12°,速度1°/s,循环3次,取值范围±5°

卡箍测试(粘接):Kz=16300±15%N/mm;Kdz(15Hz)=19700N/mm(参考),Kdz(100Hz)=23500N/mm(参考)

Ky=700N/mm(参考);Kty≤4.3Nm/°

夹具测试(不粘接):Kz=27000±15%N/mm;Kty≤3.5Nm/°

5-2.粘接试验:①常温自由状态骨架与橡胶粘接面积≥90%;②将衬套与稳定杆相同杆径的样棒装配到卡箍或试验夹具中,然后将整体装配件放入到150℃环境箱中烘烤50min,取出冷却4h以上后拆出产品进行剥脱胶,要求骨架与橡胶粘接面积≥90%;

5-3.耐久试验:Z向加载±15000N,扭转±10°,频率1~2Hz,循环20万次后

不允许出现损坏、龟裂、异响,刚度损失≤20%,做到2倍寿命或者断裂;

6.禁用物质-REACH要求:满足QJ/XP 16JT.009禁用物质规定;

7.衬套插片和底座骨架使用的粘合剂公司和牌号为:杜邦/P-11+538。

8.所有带◯的尺寸为出厂检验尺寸。

序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注
3	99110/02-02	底座	1	PA66+GF35 ⓑ	12.4g	C114261/02-02
2	99110/02-01	骨架	2	PA66+GF35 ⓑ	17.6g	C114261/02-01
1		橡胶	1	NR+SBR(R6972) ⓐⓑ	86.6g	

投影法 第一画法	比例 1:1	质量(g) ⓐ 116.6g(ref.)	材质 组件	产品号 C114261-CPSJ	
热处理·表面处理			名称 前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				马传德 20251230	稳定杆系统
图样标记 S		共 1 张 第 1 张		图号 99110 (JS873)	
				ⓝ 安徽中鼎密封件股份有限公司	A3