

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
									来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年月日	变更者	
													首次下发		A	20241118	范康祺	
									SJ-250001		@/2		更新图纸尺寸及公差		B	20250102	范康祺	

技术要求:

1.天然胶NR,硬度:55±5 shore A;参照标准GB/T 531;

2.拉伸强度≥15MPa,断裂伸长率≥300%,参照标准GB/T 528-2009;

3.耐臭氧性:臭氧浓度(50±5)PPhm, 试验温度(40±2)℃,相对湿度≤65%, 20%拉伸, 72h试验后,无龟裂,参照标GB/T 7762-2003;

4.耐老化性:70℃*70h试验后;硬度变化值-15~+15HA,拉伸强度变化不大于-30%, 断裂伸长率变化不大于-50%,参照标准GB/T 3512-2001;

5.压缩永久变形:70℃*24h压缩25%后,衬套最大变形<25%, 参照标准GB/T 7759-1996;

6.低温脆性: -40*3min, 试验后无龟裂;参照标准GB/T 1682-1994;

7.骨架与橡胶粘接牢固(粘接面积≥80%);

8.橡胶表面应光滑;有色泽,色泽均匀;不允许有发粘;夹杂物;孔洞;裂纹;损伤现象;

9.修整后残余飞边≤1mm;

10.性能要求:

10-1:径向刚度:试验温度23±3℃,以速度10±2mm/min施加±5KN的径向载荷,施加后去除;重复试验, 总计3个循环。之后预载0KN,以速度10±2mm/min, 施加载荷±5KN;

记录刚度曲线;并计算±1kN之间的刚度值,刚度值为6000±15% N/mm.

10-2:扭转刚度:在环境温度23±3℃的条件下,以30°/min, 扭转角度±15°, 施加扭转运动,总计2次,再次按上述要求记录±15°的刚度曲线;

计算从±3°的刚度值,刚度值:1.2±15% N*m/deg,

(如果测量范围位于线性部分外,则取值范围为最大线性部分)

11.标识位置:橡胶侧面空白区域即可;标识内容:客户要求的图号,时间钟,模腔号(量产状态)

12.产品需满足GB/T 30512-2014 《汽车禁用物质要求》要求;



13.○为出厂检测尺寸.

3	9010592/02-02	塑料底座	1	PA66+GF30	/	C114270/02-02
2	9010592/02-01	塑料骨架	1	PA66+GF50	/	C114270/02-01
1		橡胶	1	R6949-H55	/	
序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注
投影法			比例	质量(g)	材质	产品号
第一画法			1:1	0.00g	NR(R6949-H55)	C114270-CPSJ
热处理:表面处理			名称			
			稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)			
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	图号
				范康祺	稳定杆系	9010592 (BJ221)
图样标记			S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年月日	变更者
				首次下发		A	20241118	范康祺
SJ-250001		@/2		更新图纸尺寸及公差		B	20250102	范康祺

技术要求:

- 天然胶NR,硬度:55±5 shore A;参照标准GB/T 531;
 - 拉伸强度≥15MPa,断裂伸长率≥300%,参照标准GB/T 528-2009;
 - 耐臭氧性:臭氧浓度(50±5)PPhm, 试验温度(40±2)℃,相对湿度≤65%, 20%拉伸, 72h试验后,无龟裂,参照标GB/T 7762-2003;
 - 耐老化性:70℃*70h试验后;硬度变化值-15~+15HA,拉伸强度变化不大于-30%, 断裂伸长率变化不大于-50%,参照标准GB/T 3512-2001;
 - 压缩永久变形:70℃*24h压缩25%后,衬套最大变形<25%, 参照标准GB/T 7759-1996;
 - 低温脆性: -40*3min, 试验后无龟裂;参照标准GB/T 1682-1994;
 - 骨架与橡胶粘接牢固(粘接面积≥80%);
 - 橡胶表面应光滑;有色泽,色泽均匀;不允许有发粘;夹杂物;孔洞;裂纹;损伤现象;
 - 修整后残余飞边≤1mm;
 - 性能要求:
 - 径向刚度:试验温度23±3℃,以速度10±2mm/min施加±5KN的径向载荷,施加后去除;重复试验, 总计3个循环。之后预载0KN,以速度10±2mm/min, 施加载荷±5KN;
 - 记录刚度曲线;并计算±1kN之间的刚度值,刚度值为6000±15% N/mm.
 - 扭转刚度:在环境温度23±3℃的条件下,以30°/min, 扭转角度±15°, 施加扭转运动,总计2次,再次按上述要求记录±15°的刚度曲线;
 - 计算从±3°的刚度值,刚度值:1.2±15% N*m/deg,
 - (如果测量范围位于线性部分外,则取值范围为最大线性部分)
- 标识位置:橡胶侧面空白区域即可;标识内容:客户要求的图号,时间钟,模腔号(量产状态)
 - 产品需满足GB/T 30512-2014 《汽车禁用物质要求》要求;
 - 为出厂检测尺寸.

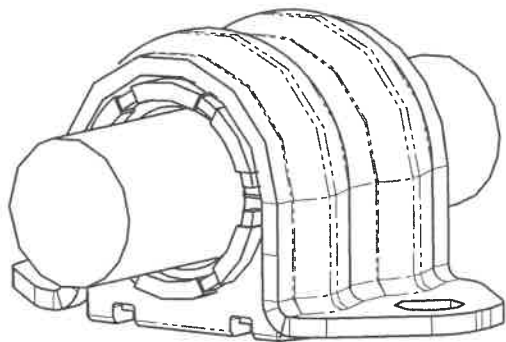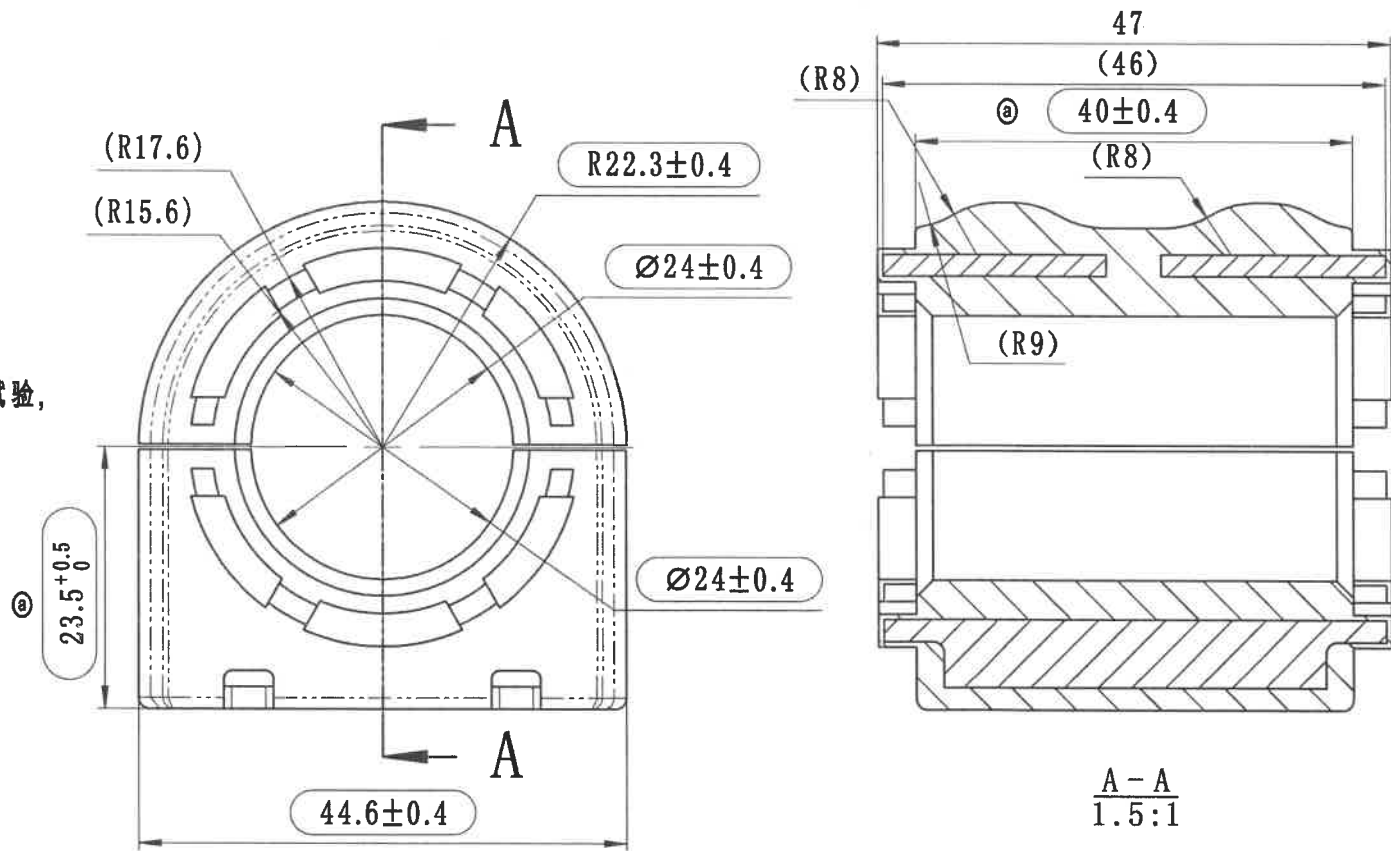

3	9010592/02-02	塑料底座	1	PA66+GF30	/	C114270/02-02
2	9010592/02-01	塑料骨架	1	PA66+GF50	/	C114270/02-01
1		橡胶	1	R6949-H55	/	
序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注
投影法 第一画法		比例 1:1	质量(g) 0.00g	材质 NR(R6949-H55)	产品号 C114270-CPSJ	
热处理·表面处理				名称 稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对			
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		图号 9010592 (BJ221)	
				安徽中鼎密封件股份有限公司		