
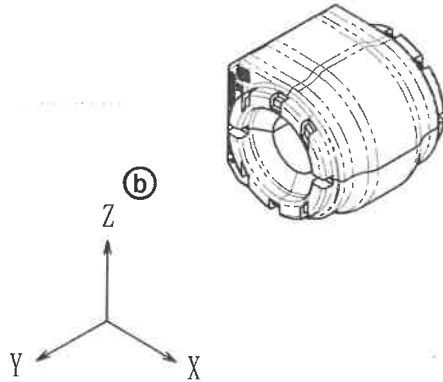
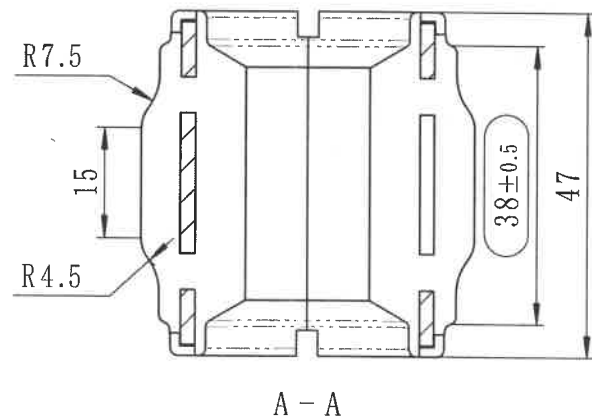


	1	2	3	4	5	6	7	8
A	表1:橡胶材料试验							
	试验项目	试验方法					试验要求	
	衬套橡胶硬度	按GB/T 531.1-2008规定的方法进行试验					邵氏硬度 65±5SHA	
B	胶料拉伸强度试验	按照GB/T 528-2009规定的方法进行试验					≥17MPa	
	胶料断裂伸长率试验						≥400%	
	橡胶耐臭氧性	按照GB/T 7762-2014 中规定的方法进行试验,臭氧浓度为(100±5) pphm,相对湿度不超过65%,温度、时间、伸长率为40℃×72h×20%					试验后试样无龟裂	
	橡胶低温脆性	按GB/T 1682-2014规定的方法进行试验					脆性温度不高于-40℃	
C	衬套橡胶耐老化试验	按GB/T 3512-2014中照规定的方法进行试验,经70℃×168h后试验					硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化率≤25%MAX 断裂伸长率变化率≤25%MAX	
	压缩永久变形	按GB/T 7759.1-2015中照规定的方法进行试验					压缩永久变形≤25%	
	表2:产品性能试验							
D	试验项目	试验方法					试验要求	
	径向静刚度试验	环境温度20±5℃.径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次.之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN.记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					6000N/mm±15%	
	轴向静刚度试验	环境温度20±5℃.径向以速度12±2mm/min加载±2kN,预加载4次.之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±2kN.记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					350N/mm±15%	
E	扭转刚度试验	环境温度20±5℃,以速度1000deg/min扭转样棒,最大扭转角度±35°,预加载4次.之后预载0°,以速度1000deg/min扭转样件,最大扭转角度±35°.记录刚度曲线并计算±5Nm之间的刚度值。					1.15Nm/deg±15%	
	极限扭转角度试验	在环境温度20±3℃的条件下,以速度1000°/min,扭转角度为±40°,施加扭转运动,总计进行4次.再次按上述要求,记录0°到±40°的刚度曲线。					要求极限扭转角≥38°(刚度曲线无拐点,试验后衬套无破损)	
F	衬套疲劳试验	1.测量Z向静刚度和Ry方向的扭转刚度; 2.施加径向预载3000N,同时以±20°,频率1Hz施加摆动(两端同向),循环10万次.同时在距离衬套中心100mm处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷; 3.试验完成后,取下样件,测量Z向静刚度.按照公式计算静刚度变化率:(试验前刚度-试验后刚度)/试验前刚度*100%					刚度变化率≤15%,无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响	
	异响试验	按实车状态装配进行疲劳耐久5万次后,在-40℃的环境下冷冻2小时,取出后转动稳定杆,摆动角度为±10°,频率1Hz。					低温试验后转动稳定杆无异响	
G	粘接试验	在稳定杆衬套放置在测试工装上,沿稳定杆衬套轴向施加载荷,直到衬套与稳定杆分离,记录载荷曲线					压脱力>5000N; 粘接面积>90%	

H	技术要求:							
	1.表面无毛刺、裂纹、缺料、气泡等外观缺陷,分型线飞边1mm MAX;							
	2.橡胶部分未注圆角R1,未注尺寸请参照3D数模;							
I	3.未注橡胶尺寸公差按GB/T3672.1中M3级执行;							
	4.橡胶物性按《Q/JLY J7110674B-2017》执行,具体要求参照橡胶物性试验项目表;							
	5.衬套塑料骨架材料试验按《Q/JL J124010-2016》执行;							
J	6.衬套性能按《Q/JLY J7110674B-2017》执行,具体要求参照衬套性能试验项目表;							
	7.禁用、限用物质检测按照《Q/JLY J7110808B-2016》、《Q/JLY J7110845B-2016》测试,要求满足《Q/JL J160001-2017》;							
	8.A点为产品表面硬度参考点,参考硬度HA68±5;							
K	9.衬套与稳定杆采用二次硫化装配,匹配稳定杆线径Ø18-Ø18.5。							
	10.出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。							
	两个半边为一个产品							
L								

	10	11	12	13	14	15	16	
来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项		中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸		A	2025.2.24	蒋子杰
SJ-251823		Ⓐ/1		变更产品名称		B	2025.4.11	蒋子杰
		Ⓑ/3		更新复模刻字、内孔尺寸		C	2025.11.18	蒋子杰

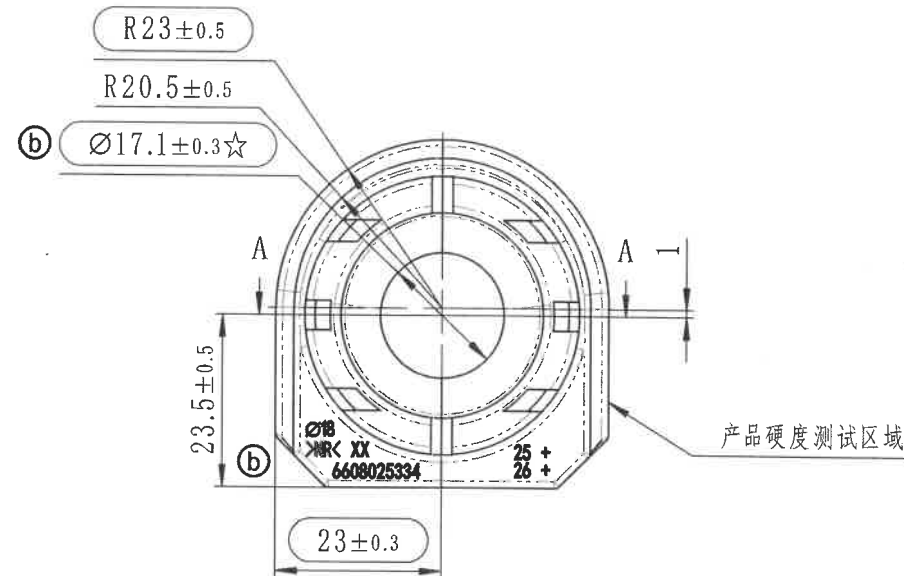

2	橡胶		1	R6949-H65	
1	6608025334/01-01		2	PA66+GF50	
序号	图号	名称	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		1:1	0.00g	组件	C114397-CPSJ
热处理:表面处理				名称	吉利E245后稳定杆衬套 Ⓐ (后稳定杆衬套)
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				蒋子杰	稳定杆系统
图样标记	S			2025.11.18	
共 1 张 第 1 张				图号	6608025334 (ZJ1327)
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3