


	1	2	3	4	5	6	7	8
A	表1:橡胶材料试验							
	试验项目	试验方法					试验要求	
B	衬套橡胶硬度	按照 GWT A M15-03:2024-09《汽车零部件用天然橡胶材料》标准NR 614 B2C1F1G3J牌号执行。					邵氏硬度 52±5SHA	
	热空气老化试验	按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验。					满足性能要求	
C	压缩永久变形	按照 GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中规定的方法进行试验,试样选用A型,经70℃×22h后。					压缩永久变形≤30%	
	橡胶耐臭氧性	按照 GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验》中规定的方法进行,臭氧浓度(50±5)pphm,温度、时间、伸长率为40℃×70h×20%。					试验后试样无龟裂	
	橡胶低温脆性	按照 GB/T 1682-2014《硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法》中规定的方法进行,在-40℃温度下放置3min后,冲击。					无裂纹	
D	撕裂强度要求	按 GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》中要求,选用无割口直角形试样进行试验。					撕裂强度≥20KN/m	
	耐磨性要求	按GB/T 1689-2014《硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)》要求执行。					试验完成后耐磨耗指数≥200%	
E	表2:产品性能试验							
	试验项目	试验方法					试验要求	
F	径向静刚度试验(Z向)	按 GWT A C05-06:2023-07《车用橡胶减震零部件动静特性试验方法》执行。					4600N/mm±15%卡箍测试③	
	扭转刚度试样(Ry向)						≤1.0Nm/deg±15%卡箍测试③	
	高温噪音试验	将衬套与稳定杆短棒硫化、卡箍装配在一起,放入100℃温度下保温24h,然后取出立即以0.3Hz的频率扭转±25°,扭转10个循环。					总成无异响	
G	低温噪音试验	将衬套与稳定杆短棒硫化、卡箍装配在一起,放入-40℃温度下保温24h,然后取出立即以0.3Hz的频率扭转±25°,扭转10个循环。					总成无异响	
	温度交变试验	将试件放入(-40±2)℃的环境温度中静置1小时,取出后立即放入(100±2)℃的环境中,重复以上过程6次。					试验完成后试件不得出现开裂、损伤和功能失效现象	
	衬套剥离试验	将硫化一体的衬套和稳定杆剥离					压脱力≥5000N; 粘接面积≥90%	


- 技术要求:
- 外观要求:表面应光滑、无疤痕、无龟裂、不得存在气孔、气泡、瘤块、裂痕、砂眼、划伤、裂纹、缺胶、杂质等缺陷,飞边<1mm。
 - 橡胶材料:NR,硬度(参考):邵氏硬度52±5,材料性能按照 GWT A M15-03:2024-09《汽车零部件用天然橡胶材料》标准NR 614 B2C1F1G3J牌号执行。
 - 塑料骨架材料:PA66+GF35,符合标准 GWT A M55-02:2024-08《汽车零部件用尼龙66(PA66)材料》(根据生产工艺来确定材料,有需要则选择更合适的材料,并执行相应标准)。
 - 其它未注尺寸参考3D数模,未注公差参照公差表。
 - 关键尺寸用☆标出,出厂检测尺寸用○标出。

J	未注公差表						
	基本尺寸	长度	圆弧半径				
	≤6		±0.4				
K	>6~10	±0.18	±0.5				
	10~18	±0.22					
	18~30	±0.26	±0.7				
L	30~50	±0.31					
	50~80	±0.37	±0.9				
	80~120	±0.44					

表3:产品信息							
项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度	
长城D03-5	上衬套(圆形)	2916100XKF15A	Ø23	Ø22	52±5SHA	54±5SHA	
	下衬套(方形)						

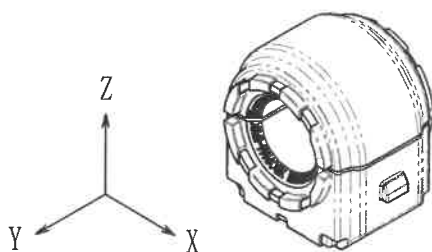

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸	A	2025.3.18	蒋子杰
SJ-256397		③/9		变更产品孔径,原为24,变更刚度及扭转标准,更新图号及产品名称,更新产品刻字,产品重量	B	2025.10.30	蒋子杰

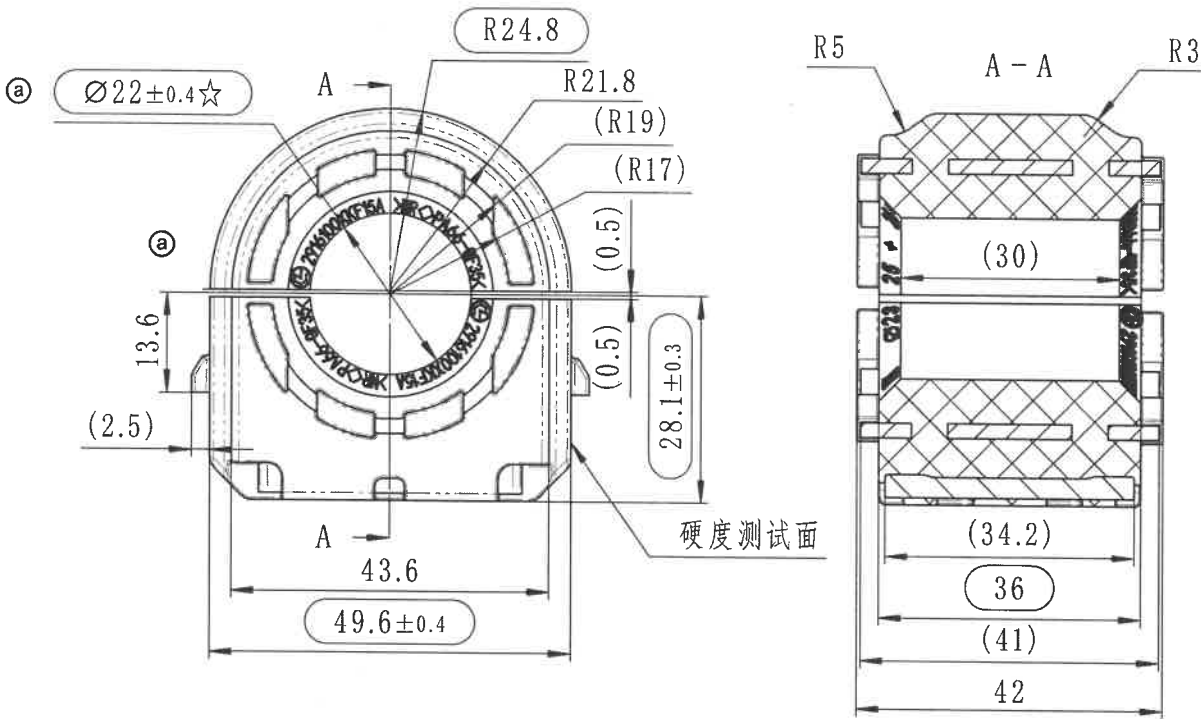

3	2916100XKF15A/02-02③	塑料底座	1	PA66+GF35	C114507/02-02
2	2916100XKF15A/02-01③	塑料骨架	2	PA66+GF35	C114507/02-01
1		橡胶	1	R6949-H52	
序号	图号	名称	数量	材料	备注
投影法			比例	质量(g)	材质
第一画法			1:1	76.5g ③	组件
热处理:表面处理			产品号		
			C114507-CPSJ		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
			名称		
			长城D03-5后稳定杆衬套③ (后稳定杆衬套)		
			图号		
			2916100XKF15A (ZJ1327) ③		
图样标记			共 1 张 第 1 张		
			安徽中鼎密封件股份有限公司		