


来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发试制图纸	A	20250305	马传德
		ⓐ/6		更新图纸,更新杆径,增加骨架边距约束	B	20251124	夏明成

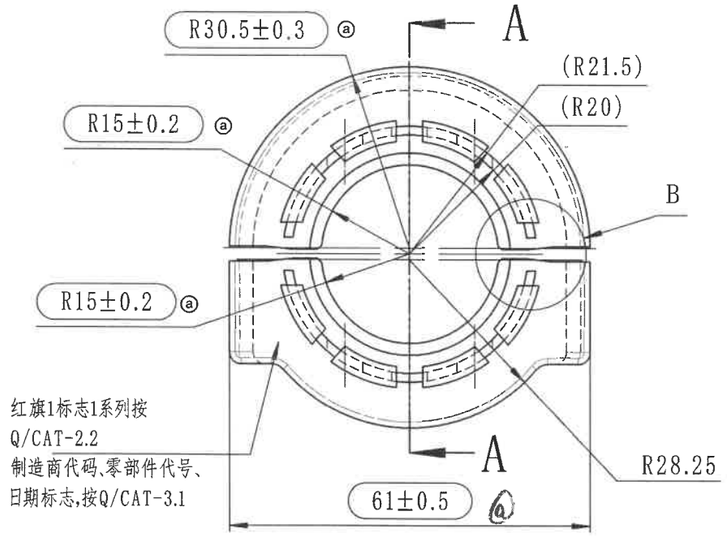

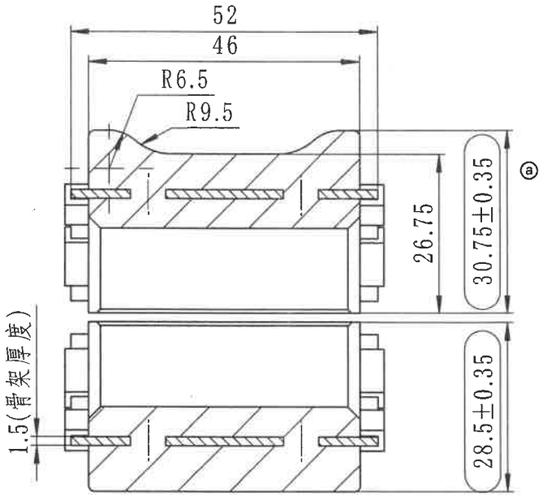

A－A
1:1

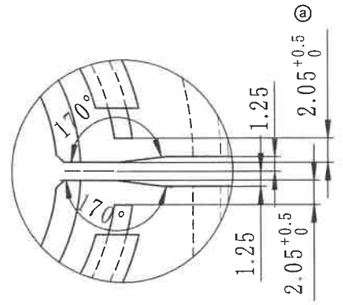

B
2:1

表3.公差标准	
50~120	±0.7
10~50	±0.5
6~10	±0.3
<6	±0.2
角度公差	±1°

表2.异响实验要求

温度	浸水	扭角	次数
-35℃	无	±20°	100
0℃	无	±20°	100
23℃	无	±20°	100
23℃	有	±20°	100

技术要求:

1.橡胶硬度:55±3(以满足刚度要求为主),满足标准JF01-1037-2021;

1)耐臭氧

2)耐热性70℃

3)回弹性≥45%(蜡析、混合)

4)压缩永久变形量按JF01-303(C法),$C^{(23+2)/94}$ <30%,$C^{70/94}$ <55%

2.产品刚度试验如表1所示;

3.总成耐久试验:搭载稳定杆系统进行试验,振幅±34.8mm,频率1~3Hz,循环15万次,
试验结束后:金属件无开裂;橡胶无撕裂和破坏;刚度损失≤25%;

4.异响试验:实验条件如表2所示。
将稳定杆总成放入各条件中,12h后进行扭转试验,不允许出现异响;
耐久试验前后各进行一次异响试验评价;

5.产品表面飞边厚度≤0.25mm,宽度≤2.0mm,插片合模处允许0.5mm,零件表面不允许有影响装配或功能的毛刺、尖角、飞边和锐边等;

6.未注尺寸公差按表3所示;

7.产品检验按照标准JA2904-HL-2-2020;

8.满足汽车禁用物质要求Q/CAM-266-2022;

9.开始供货前,样品须经产品设计部门复检;

10. ⬭ 为出厂检验尺寸。

表1.刚度实验要求

项目	方向	测试方法	评定标准
静刚度	Z	预载±5000N,速度12mm/min,加载3次,计算±1000N时刚度	10000 N/mm±15%
	Y	预载±500N,速度12mm/min,加载3次,计算±200N时刚度	700 N/mm±15%
	θ	预载±15°,速度30°/min,加载3次,计算±5°时刚度	<2 N•m/°
动刚度	Z	预载0N,频率100Hz,振幅±0.05mm	<18500N/mm

序号	图号	零部件名称	数量	材料	备注
2	2906036-QS01/01-01	金属骨架	1	DC01	C114525/01-01
1		橡胶体	1	NR(R6778-H55)	

投影法	比例	质量(g)	材质	产品号
第一画法	1:1	0.00g	组件	C114525-CPSJ

热处理·表面处理

名称: 前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)

批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				夏明成 20251124	稳定杆系统

图号: 2906036-QS01 (LN147)

图样标记	S			共 1 张 第 1 张	安徽中鼎密封件股份有限公司	A3