
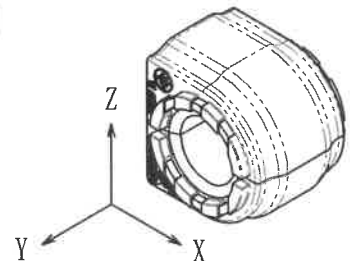
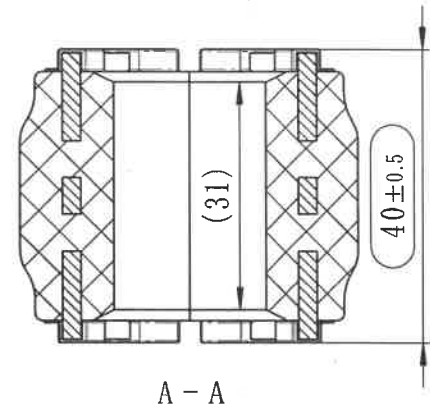


	1	2	3	4	5	6	7	8
A	表1:橡胶材料试验							
	试验项目	试验方法(QJLY J7110647B-2019)					试验要求	
	衬套橡胶硬度	按GB/T .531.1规定的方法进行试验					邵氏硬度 63±3SHA	
B	胶料拉伸强度试验	按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定, 试样按照1型试样,试验速度500mm/min					≥14MPa	
	胶料断裂伸长率试验						≥400%	
	热空气老化试验	按GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中照规定的方法进行试验,经70℃×72h后					硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化率≤25%MAX 断裂伸长率变化率≤25%MAX	
C	压缩永久变形	按GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中照规定的方法进行试验,式样选用A型,经70℃×22h后					压缩永久变形≤25%	
	橡胶耐臭氧性	按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中照规定的方法进行试验,臭氧浓度为(50±5) pphm,温度、时间、伸长率为40℃×72h×20%					试验后试样无龟裂	
	橡胶低温脆性	按GB/T 1682-2014规定的方法进行,-40℃*3min					不脆断	
D	撕裂强度要求	按GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型和新月形试样)》中要求, 选用无割口直角形试样进行试验。					撕裂强度≥20KN/m	
	表2:产品性能试验							
	试验项目	试验方法(QJLY J7110371E-2022)					试验要求	
E	径向静刚度试验(Z向)	环境温度20±5℃.径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次.之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±2kN.记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					7800±15%N/mm	
	径向静刚度试验(X向)	环境温度20±5℃.径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次.之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±2kN.记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					仅记录实验数据,结果不做判定	
	轴向静刚度试验(Y向)	环境温度20±5℃.径向以速度12±2mm/min加载±2kN,预加载4次.之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±2kN.记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					TBD N/mm	
F	动刚度试验(Z向)	1.幅值为±0.025mm,频率从10Hz到至600Hz进行扫频, 步进10Hz。 2.幅值为±1mm,频率从0Hz到至50Hz进行扫频,步进5Hz。					仅记录实验数据,结果不做判定	
	扭转刚度试样(Ry向)	环境温度20±5℃, 以速度1000deg/min扭转样棒,最大扭转角度±25°,预加载4次.之后预载0°,以速度1000deg/min扭转样件,最大扭转角度±25°.记录刚度曲线并计算±5Nm之间的刚度值。					≤2.0Nm/deg	
G	耐久性试验	按照Q/JLY J7110674C-2018《稳定杆衬套技术条件》5.3.5执行 1.对试验件先进行衬套径向静刚度测试; 2.施加径向预载4956N,同时以±12.2°,频率1Hz施加摆动(两端同向),循环10万次.同时在距离衬套中心100mm处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷; 3.试验完成后,取下样件,测量Z向静刚度.按照公式计算静刚度变化率:(试验前刚度-试验后刚度)/试验前刚度*100%					刚度变化率≤15%,无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响	
H	耐高低温试验	先测试样件Z向静刚度。 1.将样件在-40℃环境下放置24h, 取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。 2.将样件在+80℃环境下放置24h, 取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。					仅记录实验数据,结果不做判定	
I	异响试验	1.测试径向刚度并记录刚度值; 2.测试部件安装在测试夹具中,在臭氧浓度为200pphm,38℃的环境下,放置168h,然后在80℃环境下放置168h; 3.按照衬套耐久要求条件进行试验,同时每1h,喷5min泥水混合物; 4.试验完成后取下零件测试Z向刚度,并计算刚度变化率; 5.测试完刚度后放置在-40℃环境下冷冻2h,去除后立即施加径向预载4761N,同时以±20Deg,频率1Hz,施加摆动,同时在距离衬套中心100mm处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷,直到衬套温度恢复到常温; 6.观察有无裂纹,瑕疵和过度的橡胶变形,无异响。					无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响,刚度变化仅做参考	
J	粘接试验	在稳定杆衬套放置在测试工装上,沿稳定杆衬套轴向施加载荷,直到衬套与稳定杆分离,记录载荷曲线					压脱力>5000N; 粘接面积>90%	
K								
L	表3:产品信息							
	项目代号	名称	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度		
	吉利E22H	左(右)衬套	Ø22-22.5	Ø21	63±3SHA	65±5SHA		
	1	2	3	4	5	6	7	8

变更者	年 月 日	中鼎版本号	变更事项	区域	变更标记	客户版本号	来历
蒋子杰	2025.5.6	A	首次下发图纸				
蒋子杰	2025.8.22	B	图号更改为6608355995		②/2		SJ-254822
蒋子杰	2025.12.01	C	变更骨架结构,更新刻字		②/1		SJ-256837

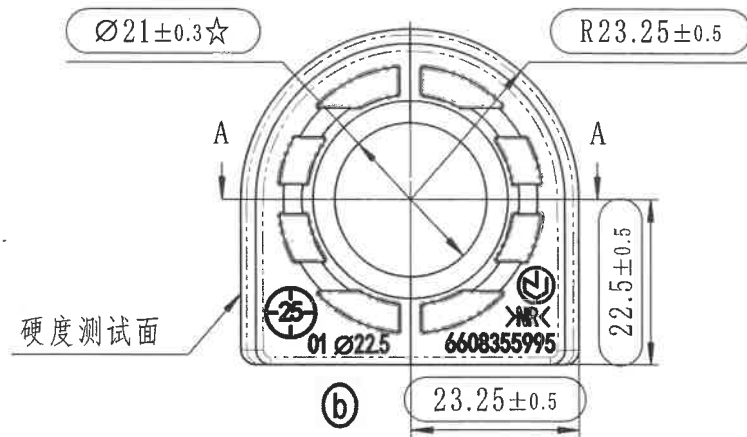

- 技术要求:
- 橡胶材料:NR+BR;材料性能要求见表1;
 - 骨架材料:插片:PA66-GF30,
 - 表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX;
 - 未注尺寸请参照3D数模,未注橡胶公差尺寸参考公差栏执行;
 - 其他测试项目参照试验项目清单进行;
 - 禁用、限用物质要求按Q/JL J160001-2020《汽车零部件和材料禁用、限用物质要求》执行;
 - 衬套适用于二次硫化技术方案;
 - 出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。

2	6608355995/01-01②	塑料骨架	2	PA66+GF30	C114536/01-01
1		橡胶	1	R6949-H62	
序号	图号	名称	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		1:1	0.00g	组件	C114536-CPSJ
热处理:表面处理				名称	吉利E22H前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				蒋子杰	稳定杆系统
				2025.12.01	
图样标记	S		共1张	第1张	
					图号
					6608355995 ② (ZJ1327)
					安徽中鼎密封件股份有限公司
					A3