杆径∅A	孔径∅D	胶料	硬度	颜色标识
22	21	ⓐR6949-H55	ⓐ55±3SHA	黄色ⓑ

来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸	A	2025.2.17	蒋子杰
SJ-254024		ⓐ/6		更新骨架图号、硬度、胶料、抗拉强度试验要求	B	2025.7.15	蒋子杰
内部更改		ⓑ/2		增加颜色标识	C	2025.8.18	蒋子杰
SJ-255583		ⓒ/3		颜色标识由黄色改为绿色,更改标注尺寸	D	2025.9.26	蒋子杰

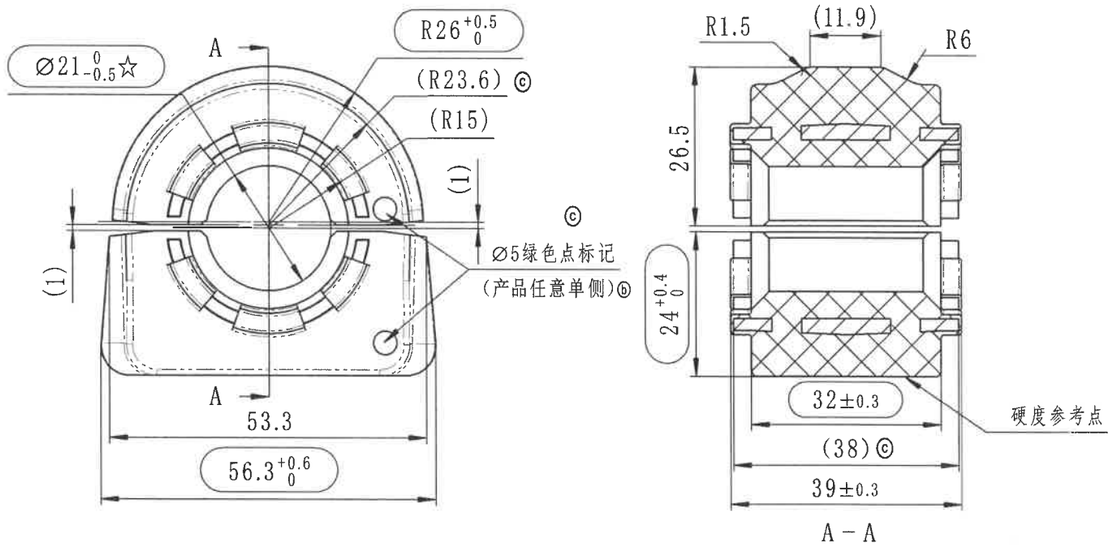


表1 试验项目清单

试验项目	试验方法	试验要求
橡胶试块硬度	按照GB/T 531.1-2008规定进行测试	55±3SHA ⓐ
橡胶抗拉强度	按照GB/T 528-2009规定进行测试	≥17MPa ⓐ
橡胶扯断强度	按照GB/T 528-2009规定进行测试	≥400%
橡胶撕裂强度	按GB/T 529, 选用无割口直角形试样进行试验。	≥20N/mm
橡胶耐臭氧性	按照GB/T 7762-2014规定进行测试,臭氧浓度为(50±5) ×10^8,试验温度为(40±2)℃,相对湿度≤65%,伸长率20%	72h试验后样件应无龟裂
橡胶热老化性	按GB/T 3512-2014规定进行测试, 70℃×70h	硬度变化±7 SHA 抗拉强度变化不大于25% 扯断伸长率变化不大于25%
橡胶低温脆性	按GB/T 1682-2014规定进行测试	脆性温度不高于-45℃
压缩永久变形	按GB/T 7759.1-2015中方法A,70℃×22h, 压缩25%	压缩永久变形≤20%
径向刚度	加载±10kN,速度10mm/min,预载4次,记录最大位移量,绘制负荷-位移曲线,取值范围±3KN;	2400±15%N/mm
扭转刚度	加载±20deg,速度30deg/min,预循环4次,记录最大位移量,绘制扭矩-转角曲线,取值范围±5deg;	1.1±15%Nm/deg
轴向刚度	加载0-5kN,速度10mm/min,预载4次,记录最大位移量,绘制负荷-位移曲线,取值范围0-500N;	320 N/mm(参考)
偏摆刚度	加载±8deg,速度30deg/min,预循环4次,记录最大位移量,绘制扭矩-转角曲线,取值范围±5deg;	2.3Nm/deg(参考)
粘接试验	将装配在稳定杆(短棒)上的稳定杆衬套固定在试验设备上,沿轴向对稳定杆施加载荷,直到衬套与稳定杆分离,记录载荷曲线;	压脱力>5000N;衬套与稳定杆粘接面橡胶附着率≥90%
耐久试验	随稳定杆总成进行耐久试验	10万次不得有开裂或裂纹

序号	图号	名称	数量	材料	备注
2	ⓐ3911600-BA03/01-01	塑料骨架	2	PA66+GF50	C114411/01-01
1	/	橡胶	1	ⓐR6949-H55	/

投影法	比例	质量(g)	材质	产品号
第一画法	1:1	78.6g	组件	C114593-CPSJ

热处理·表面处理

名称：零跑B13后稳定杆衬套（后稳定杆衬套）

图号：3911600-BE03（ZJ1327）

批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				蒋子杰 2025.9.26	稳定杆系统

图样标记	S			共 1 张 第 1 张	㊙ 安徽中鼎密封件股份有限公司	A3

>63≤100	±1.0
>40≤63	±0.8
>25≤40	±0.6
>16≤25	±0.5
>10≤16	±0.4
>6.3≤10	±0.3
>4≤6.3	±0.25
≤4	±0.25
角度	±1°
尺寸范围	公差

技术要求：
1.表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX;
2.未注尺寸请参照3D数模;
3.未注橡胶公差尺寸按《GB/T3672.1》中M3级执行;
4.产品表面合适位置做水久性标识,内容包括供应商代码、匹配杆径、型腔号、时间钟,字体高度宽度不小于2.5mm,深度不小于0.25mm,字符间距不小于0.2mm;
5.禁用、限用物质满足《GB/T 30512-2014》要求;
6.其它测试项目参照《表1试验项目清单》进行;
7.衬套与稳定杆采用二次硫化方案;
8.出厂尺寸◯标出,关键特性☆标出。