表1:橡胶材料试验

试验项目	试验方法(QJLY J7110647B-2019)	试验要求
衬套橡胶硬度	按GB/T 531.1规定的方法进行试验	邵氏硬度 55±5SHA
胶料拉伸强度试验	按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定，试样按照1型试样,试验速度500mm/min	≥14MPa
胶料断裂伸长率试验		≥400%
热空气老化试验	按GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中照规定的方法进行试验,经70℃×72h后	硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化率≤25%MAX 断裂伸长率变化率≤25%MAX
压缩永久变形	按GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中照规定的方法进行试验,式样选用A型,经70℃×22h后	压缩永久变形≤25%
橡胶耐臭氧性	按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中照规定的方法进行试验,臭氧浓度为(50±5) pphm,温度、时间、伸长率为40℃×72h×20%	试验后试样无龟裂
橡胶低温脆性	按GB/T 1682-2014规定的方法进行,-40℃*3min	不脆断
撕裂强度要求	按GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型和新月形试样)》中要求，选用无割口直角形试样进行试验。	撕裂强度≥20KN/m

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸	A	2025.7.1	蒋子杰

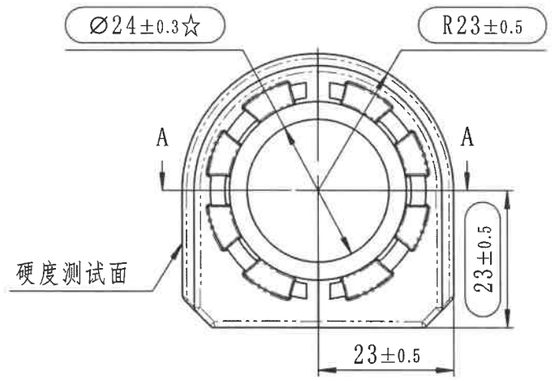

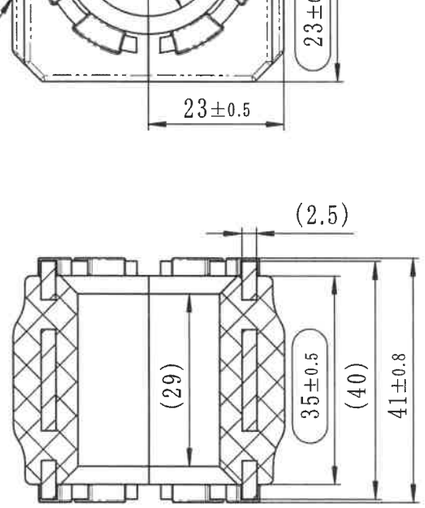

A－A

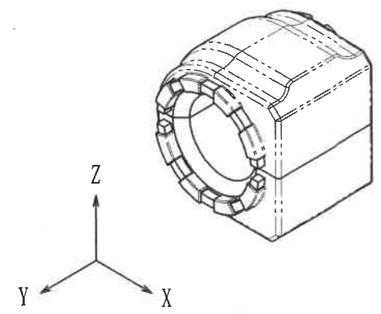

技术要求:
1.橡胶材料:NR+BR;材料性能要求见表1;
2.骨架材料:插片:PA66-GF35,
3.表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX;
4.未注尺寸请参照3D数模,未注橡胶公差尺寸参考公差栏执行;
5.其他测试项目参照试验项目清单进行;
6.禁用、限用物质要求按Q/JL J160001-2020《汽车零部件和材料禁用、限用物质要求》执行;
7.衬套适用于二次硫化技术方案;
8.出厂尺寸◯标出,关键特性☆标出。

产品信息					
项目代号	名称	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
吉利 P789	左(右)衬套	∅25	∅24	55±5SHA	55±5SHA

尺寸范围	公差
>63≤100	±1.0
>40≤63	±0.8
>25≤40	±0.6
>16≤25	±0.5
>10≤16	±0.4
>6.3≤10	±0.3
>4≤6.3	±0.25
≤4	±0.25
角度	±1°

序号	图号	名称	数量	材料	备注
2		橡胶	1	R6949-H55	
1	6608361394/01-01	塑料骨架	2	PA66+GF35	C114602/01-01

投影法 第一画法	比例 2:3	质量(g) 0.00g	材质 组件	产品号 C114602-CPSJ	
热处理·表面处理			名称 吉利P789后稳定杆衬套（后稳定杆衬套）		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
	沈佳俊			蒋子杰 2025.7.1	稳定杆系统
图样标记 S		共 1 张 第 1 张		图号 6608361394 (ZJ1327)	
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3