
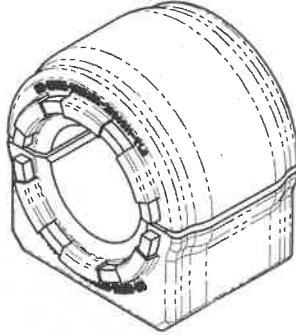


	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	表1:试验项目清单									
	试验项目		性能目标							
	衬套橡胶硬度		60±3ShA							
	橡胶拉伸强度		橡胶拉伸强度≥15MPa							
B	橡胶扯断伸长率		橡胶扯断伸长率>400%。试验步骤参照标准GB/T 528中13.1项内容,结果计算参照标准GB/T 528中15.1项内容							
	热空气老化试验		试样要求参考标准GB/T 3512中第5项要求,结果表示按照9.1项计算方法,将试样在70℃的环境箱内存放70h,硬度变化(Sh.A):-15~+15;抗拉强度:Max-30% ;扯断伸长率:Max-50%。							
	橡胶耐臭氧性		在50 pphm 40℃、伸长率20%条件下,72h应无裂纹。							
C	橡胶低温脆性		在脆性温度-40℃下试样放置3min,参照标准GB/T 1682规定的试验方法进行试验。试样在低温实验后,应无龟裂。							
	衬套刚度		前稳定杆压板衬套:径向刚度≥10000N/mm,扭转刚度<2.5 Nm/deg;							
	耐久前常温异响实验		衬套模拟实车装配状态,常温(23±2℃),在衬套装配位置进行间歇性喷水(喷水速率3-4L/min,每次喷水时间 10s,然后间隔 20s),喷水时间和不喷水时间组成一个循环,循环60次后,端部摆动角度±15°(±66.6)或者设计状态至最大摆动角度的 80%,摆动5次(每次间隔2~3min,每次摆动3~5个循环,推荐摆动角速度10°/s(可手摇))。							
D	耐久前低温异响实验		衬套模拟实车装配状态,温度-40±2℃,存放时间4h,样品在取出后30min内完成测试,端部摆动角度±15°(±66.6)或者设计状态至最大摆动角度的80%,摆动5次(每间隔2~3min进行3-5个循环的摆动,推荐摆动角速度10°/s(可手摇))。							
	衬套耐久		行程mm	加载次数	频率Hz	实验方法		评价标准		
±27			100000	1~2	常规反向跳动		一个试验循环后,稳定杆不允许出现断裂,压板衬及衬套不允许出现撕裂,衬套不允许出现磨穿、撕裂等缺陷,且衬套刚度损失不超过30%			
±27			95000	1~2	常规同向跳动					
±90			5000	1~2	极限同向跳动					
			行程mm	加载次数	频率Hz	实验方法		评价标准		
F	衬套热循环耐久		±35.3	50000	1~2	将衬套放置在90℃的环境箱中32h后,取出并与稳定杆及稳定杆压板模拟整车装配状态装配在试验工装上,按规定力矩打紧,按照反向跳动(相位差180°)的加载方式进行耐久试验,试验过程中对衬套进行风冷		四次循环试验后稳定杆衬套不允许出现磨穿、撕裂等缺陷,且衬套刚度损失不超过30%		
	耐久后常温异响实验		将耐久后衬套模拟实车装配状态,常温(23±2℃),在衬套装配位置进行间歇性喷水(喷水速率3-4L/min,每次喷水时间10s,然后间隔20s),喷水时间和不喷水时间组成一个循环,循环60次后,端部摆动角度±15°(±66.6)或者设计状态至最大摆动角度的80%,摆动5次(每次间隔2~3min,每次摆动3~5个循环,推荐摆动角速度10°/s(可手摇))。							
G	耐久后低温异响实验		将耐久后衬套模拟实车装配状态,温度-40±2℃,存放时间4h,样品在取出后30min内完成测试,端部摆动角度±15°(±66.6)或者设计状态至最大摆动角度的80%,摆动5次(每间隔2~3min进行3-5个循环的摆动,推荐摆动角速度10°/s(可手摇))。							
	橡胶硫化强度		橡胶与稳定杆压脱后,金属表面橡胶附着率不低于硫化总表面积的90%,衬套与稳定杆分离力≥8000N。							
H										
I										
J	>63≤100	±1.0	表2:杆径调教表							
	>40≤63	±0.8								
	>25≤40	±0.6								
	>16≤25	±0.5								
	>10≤16	±0.4	杆径D	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5		
K	>6.3≤10	±0.3	内径A	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5		
	>4≤6.3	±0.25	橡胶硬度	65shA	62shA	60shA	55shA	52shA		
	≤4	±0.25	表3:产品信息							
	角度	±1°	项目代号	名称	客户图号		杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
L	尺寸范围	公差	比亚迪SC6HAE	上衬套(圆形) 下衬套(方形)	STB-SC6AHE-DWG TA52-2906211-V1.0		∅27.5	∅26.5	60±3SHA	60±3SHA
	1	2	3	4	5	6	7	8		

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸	A	2025.7.31	蒋子杰

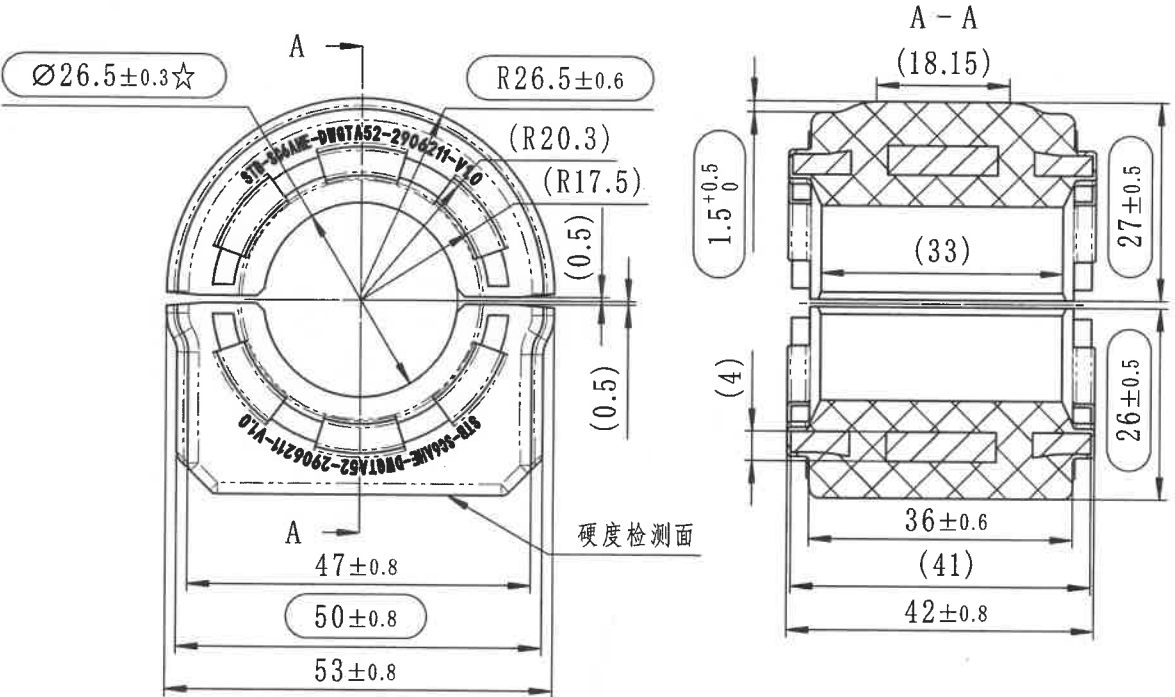

技术要求:

- 表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX;
- 未注尺寸请参照3D数模;
- 未注橡胶公差尺寸按《GB/T3672.1》中M3级执行;
- 产品表面合适位置做永久性标识,内容包括产品图号、匹配杆径、型腔号、时间钟,字体高度宽度不小于2.5mm,深度不小于0.25mm,字符间距不小于0.2mm;
- 限制使用有害物质和回收利用率管理符合《QAHA_TRS_A19-10142/001-QAH项目前后横向稳定杆装配总成设计开发要求》
- 限制使用有害物质和回收利用率管理要求;
- 其它测试项目参照《表1试验项目清单》进行;
- 衬套与稳定杆采用二次硫化方案;
- 出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。

2	STB-SC6AHE-DWGTA52-2906211-V1.0/01-01	塑料骨架	2	PA66+GF35	C114670/01-01
1		橡胶	1	R6949	
序号	图号	名称	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		1:1	86g	组件	C114670
热处理:表面处理	名称 比亚迪SC6HAE前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)				
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
蒋子杰	江洪强	钱林强	廖斌	蒋子杰	稳定杆系统
图样标记	S	共 1 张 第 1 张			图号 STB-SC6AHE-DWGTA52-2906211-V1.0 (ZJ1327)
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3