

技术要求:

1. 橡胶材料为NR, 橡胶硬度: 55 ± 3 SHA (试验方法按JIS K6253执行), 内骨架为DC01;
2. 衬套外观不允许有发粘、夹杂物、空洞、裂纹、损伤、欠硫等现象, 衬套内孔无起皱、赃物、凹坑、毛边等缺陷, 衬套表面无析出石蜡, 表面无油污、防老化剂等;
3. 通常飞边要求 $<0.5\text{mm}$ 厚, $<1\text{mm}$ 长, 仅在粘接的边缘处飞边要求 $<0.3\text{mm}$ 厚, $<0.5\text{mm}$ 长, 模具安装允许有 0.3mm 的不重合尺寸;
4. 未注倒角R0.5, 未注公差尺寸按GB/T3672.1-M3执行;
5. 未注尺寸按照3D数模;
6. 性能要求

- 6.1. 稳定杆衬套单体特性
 - (1) 静刚度特性
 - 1) 径向(PX): 18.6 kN/mm (计算范围 $\pm 0.7\text{mm}$) (参见 Fig. 3)
 - 径向(PY): 6.09 kN/mm (计算范围 $\pm 0.7\text{mm}$)
 - 2) 轴向(PZ): 613 N/mm (参考) (计算范围 $\pm 0.7\text{mm}$)
 - 3) 扭转: 5.77 Nm/deg (参考值) (计算范围 $\pm 5^\circ$) (参见 Fig. 4)
 - 4) 扭转迟滞: 3.52 Nm (参考值) (0° 时) (参见 Fig. 4)
 - (2) 动刚度特性

		1G	阻尼 ($\tan \delta$)	动刚度 (kd)
		(预加载)	15Hz, $\pm 0.5\text{mm}$	100Hz, $\pm 0.05\text{mm}$
单体	PX	0N	0.08	24.9

- 6.2. 稳定杆衬套单体耐久 (Fig.2 状态下实施)

PX 方向和扭转方向同时加载

PX 方向: $\pm 12 \text{ kN}$, 1 Hz ; 扭转方向: $\pm 12\text{deg}$, 1 Hz ; 加载次数: 1.8×10^5 次, 环境条件: 室温(空冷)。

试验结束后: PX 方向的静刚度变化率应在 $\pm 20\%$ 以内, 不得出现有害的磨损或破裂。
7. 衬套橡胶骨架粘接仕様及性能

橡胶和骨架粘接部位满足HES D 32200-1种2级或3级规定的金属零件表面处理及粘接性能。

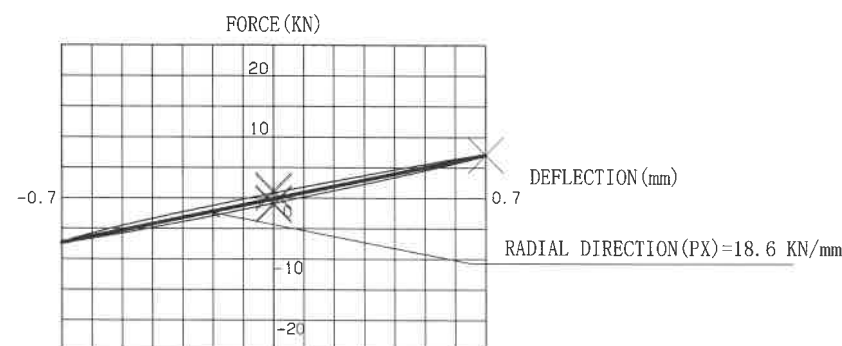


Fig ,3
PX± DIRECTION: DEFLECTION CHARACTERISTIC


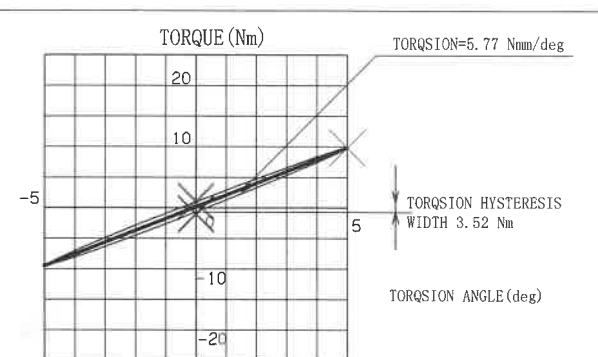


Fig. 4
TORSION DIRECTION;
TORQUE-ANGLE DEFLECTION CHARACTERISTIC

$>63 \leq 100$	± 1.0
$>40 \leq 63$	± 0.8
$>25 \leq 40$	± 0.6
$>16 \leq 25$	± 0.5
$>10 \leq 16$	± 0.4
$>6.3 \leq 10$	± 0.3
$>4 \leq 6.3$	± 0.25
≤ 4	± 0.25
角度	$\pm 1^\circ$
尺寸范围	公差

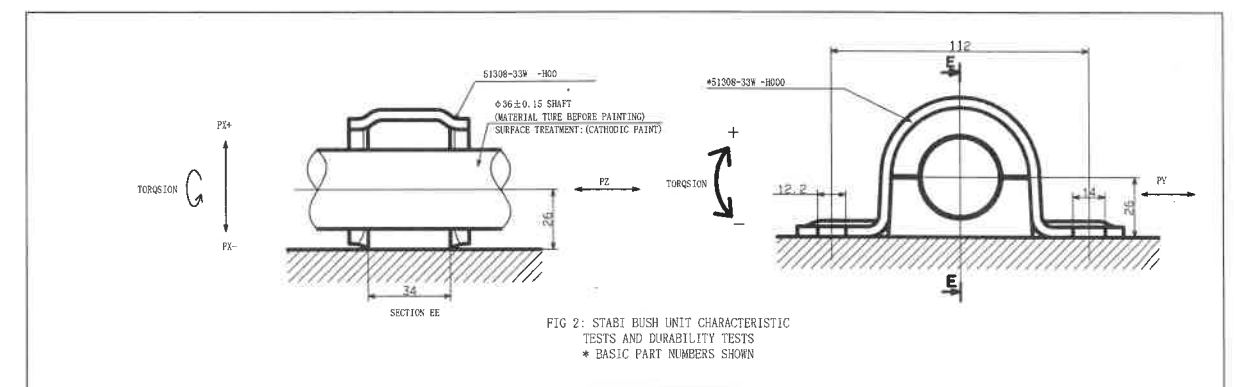

2	297-9-5216BS/01-01	金属骨架	2	DC01	C114676/01-01
1		衬套	1	NR+BR (R5578)	
序号	图 号	名 称	数 量	材料或规格	备注
投影法 第一角画法 		比例 1:1	质量(g) (REF)	材质 NR+DC01	产品号 C114676-CPSJ
热处理·表面处理			名称 前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)		
批准	标准化	审核			
			夏明成 20250819	图号 297-9-5216BS (GD119)	
图样标记			S	共 1 张 第 1 张	
			④ 安徽中鼎密封件股份有限公司		
			A3		