表1.刚度实验要求

项目	方向	测试方法	评定标准
静刚度	Z	预载±5000N,速度12mm/min,加载3次,计算±1000N时刚度	10000N/mm±15%
	X	预载±5000N,速度12mm/min,加载3次,计算±1000N时刚度	10000N/mm±15%
	Y	预载±500N,速度12mm/min,加载3次,计算±200N时刚度	700N/mm±15%
	θ	预载±18°,速度30°/min,加载3次,计算±5°时刚度	＜2N•m/°
动刚度	Z	预载0N,频率100Hz,振幅±0.05mm	＜18500N/mm

来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发产品图纸	A	20250807	毛伟

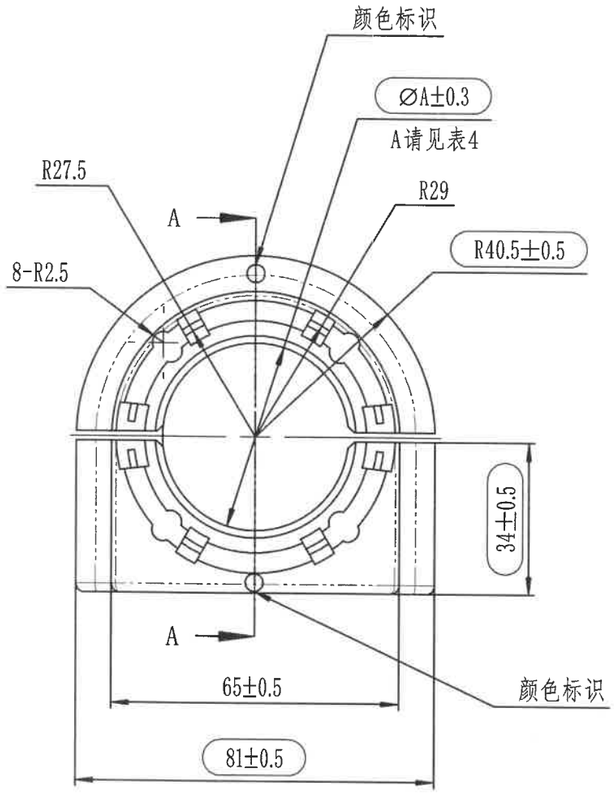

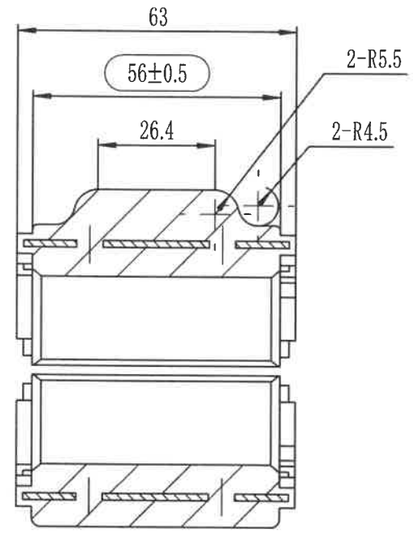

技术要求:

1.橡胶硬度:60±3shA(以满足刚度要求为主),满足标准JF01-1037-2021(C类);
   1)耐臭氧;
   2)耐热性70℃;
   3)回弹性≥45%(蜡析、混合);
   4)压缩永久变形量按JF01-303(C法),C(23±2)/94＜30%,C(70/94)＜55%;
2.产品刚度试验如表1所示;
3.总成耐久试验:搭载稳定杆系统进行试验,振幅±36mm,频率1~3Hz,循环15万次,试验结束后:金属件无开裂;橡胶无撕裂和破坏;刚度损失＜25%;
4.异响试验:实验条件如表2所示。
   将稳定杆总成放入各条件中,12h后进行扭转试验,不允许出现异响;
   耐久试验前后各进行一次异响试验评价;
5.产品表面飞边厚度≤0.25mm,宽度≤2.0mm,插片合模处允许0.5mm,零件表面不允许有影响装配或功能的毛刺、尖角、飞边和锐边等;
6.未注尺寸公差参照表3所示;
7.产品检验按照标准JA2904-HL-1;
8.满足汽车禁用物质要求Q/CAM-266;
9.开始供货前,样品须经产品设计部门复验;
10.( ) 为出厂检验尺寸;

表2.异响实验要求

温度	浸水	扭角	次数
-35℃	无	±20°	100
0℃	无	±20°	100
23℃	无	±20°	100
23℃	无	±20°	100

表3.公差标准

30~120	±0.5
6~30	±0.5
＜6	±0.5
Winkel angle	±1°

表4.颜色表示

杆径Φ	Φ34.4	Φ38.2	Φ40.2
孔径Φ(A)	Φ33.4	Φ37.2	Φ39.2
标识	红色	蓝色	白色



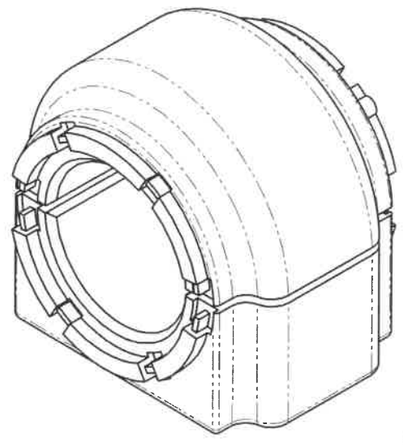

2	2906036-LD02/01-01	骨架	2	DC01	C114683/01-01
1		橡胶	1	NR(R6935)	
序号	图号	组成	数量	材料	备注

投影法 第一画法	比例 1:1	质量(g) 0.00g	材质 组件	产品号 C114683-CPSJ	
热处理·表面处理			名称 前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				毛伟 20250807	稳定杆系统
图样标记 S		共 1 张 第 1 张	图号 2906036-LD02 (LN225)		
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3