表3.关键信息

杆径 φA	孔径 φE	胶料	硬度	骨架名称	骨架材质	骨架产品号	骨架图号	骨架数量	模号
φ22	φ21	R5516-H55	55±5	塑料骨架	PA66+GF35	C114696/01-01	12142065/01-01	2	AD01
φ23	φ22								
φ24	φ23								
φ25	φ24								
φ26	φ25								

表2.异响实验要求

温度	浸水	扭角	次数
-15℃	有	±15°/±25°	100
-10℃	有	±15°/±25°	100
-5℃	有	±15°/±25°	100
0℃	有	±15°/±25°	100
5℃	有	±15°/±25°	100
10℃	有	±15°/±25°	100
15℃	有	±15°/±25°	100
20℃	有	±15°/±25°	100

表1.刚度实验要求

项目	方向	测试方法	评定标准
静刚度	Z	预载±1mm,速度100mm/min,加载3次,计算±0.6mm时刚度,其余见大纲	≥8000N/mm±15%
	Y	预载±500N,速度10mm/min,加载4次,计算0-1000N时刚度,其余见大纲	≥600 N/mm±15%
	θ	预载+25°,速度1.67°/s,加载3次,计算±15°时刚度,其余见大纲	≤1.5N•m/°
动刚度	Z	预载0N,频率10-350Hz,振幅±0.25mm,其余见大纲	TBD±15%N/mm

技术要求:

1.橡胶硬度:55±5(以满足刚度要求为主);

2.产品刚度试验如表1所示;

3.总成耐久试验:搭载稳定杆系统进行试验;异向,振幅±50mm,频率1~3Hz,循环10万次,
同向,振幅±82.5mm,频率1~3Hz,循环10万次;
试验结束后:插片及骨架底座无开裂;橡胶无撕裂和破坏;刚度损失<20%;

4.异响试验:实验条件如表2所示。
将稳定杆总成放入各条件中,12h后进行扭转试验,不允许出现异响;
耐久试验后进行一次异响试验评价;

5.产品表面飞边厚度≤0.25mm,宽度≤2.0mm,插片合模处允许0.5mm,零件表面不允许
有影响装配或功能的毛刺、尖角、飞边和锐边等;

6.二次粘接后,粘接面积≥90%,粘接力≥9000N

7.未注尺寸公差按表4所示;

8.满足汽车禁用物质要求SMTC 5 500 001;

9.开始供货前,样品须经产品设计部门进行OTS认可;

10.(□)为出厂检验尺寸。

表4.公差标准

50~120	±0.7
10~50	±0.5
6~10	±0.3
<6	±0.2
角度公差	±1°

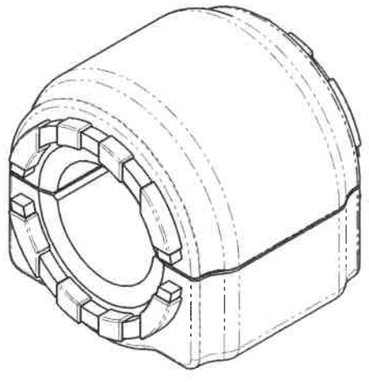

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
				首次下发图纸	A	20250901	毛伟

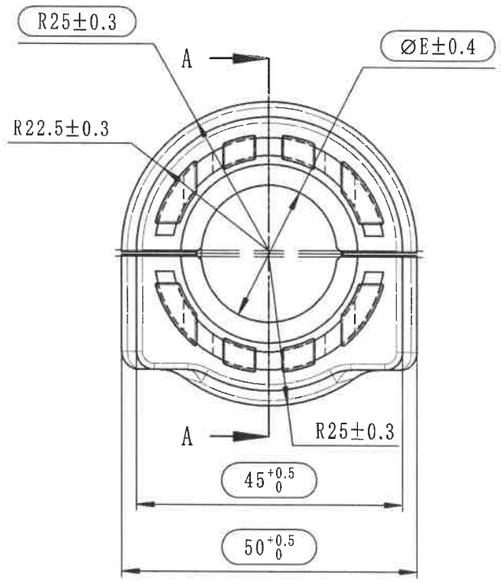

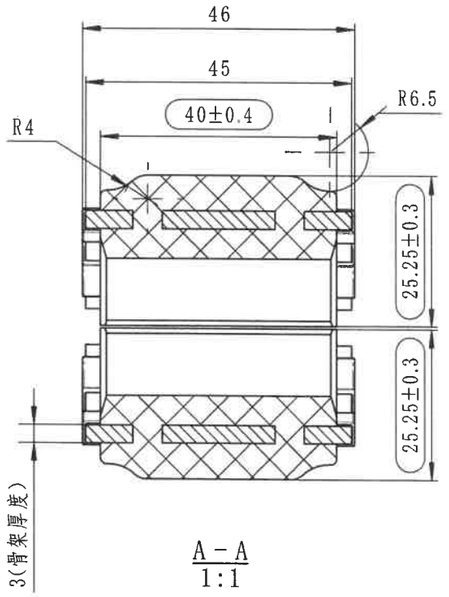

A－A
1:1

2	12142065/01-01	骨架	2	PA66+GF35	C114696/01-01
1		橡胶	1	NR(R5516-H55)	
序号	图号	组成	数量	材料	备注

投影法	比例	质量(g)	材质	产品号
第一画法	1:1	0.00g	组件	C114696-CPSJ

热处理·表面处理

名称: 前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)

批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				毛伟 20250901	稳定杆系统

图号: 12142065 (LN225)

图样标记	S			共 1 张 第 1 张	安徽中鼎密封件股份有限公司	A3