


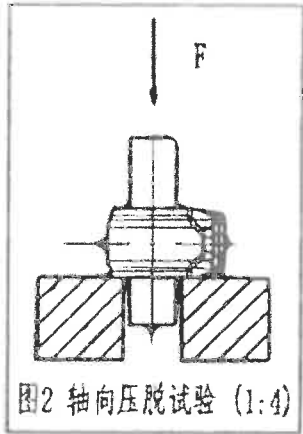
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
A	附表1									来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年月日	变更者	A	
B														首次下发图纸		A	2025.12.16	蒋子杰	B	
C																				
D																				
E	稳定杆衬套	内部流转编号对应参考			衬套表面硬度参考															
F		内部编号	客户图号	项目号	硬度参考面	参考硬度														
G	上瓣(圆形)		P61018054	FS11	A	59±5SH A														
H	下瓣(方形)		P61018055																	
I	附表2 试验项目清单																			
J	试验项目	试验方法					试验要求													
K	橡胶试块硬度	按GB/T 531.1-2008,将厚度不小于6mm,上下平行的试片放在邵氏A型现度计上,在试片上取间距不少于6mm,与试片边缘的距离均不小于12mm的点进行测量,取测定值中位数为试验结果。					邵氏硬度 57±5SH A													
L	拉伸强度、断裂伸长率	按照GB/T 528-2009,制作1型哑铃状试样,将试样均匀地置于拉力试验机上、下夹持器上,调节夹持器的移动速度至(500±50)mm/min,开动试验机,拉伸试样并跟踪试样的标记,记录试样拉伸至断裂过程中出现的最大力值。					拉伸强度≥14MPa 断裂伸长率≥400%													
M	热空气老化试验	按GB/T 3512-2001,把试验规定的硬度和拉伸试样放在恒热老化箱内,按照规定温度(70±2)℃放置70h,取出试样在温度(23±2)℃下停放16h至48h后进行测量。					硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化-25%MAX 断裂伸长率变化-25%MAX													
N	压缩永久变形	按GB/T 7759-1996,制作直径为29mm±0.5mm,高为12.5mm±0.5mm的试样,压缩率选用25%,70℃×22h。					压缩永久变形≤20%													
O	耐臭氧老化试验	按照GB/T 7762-2003制作长度70mm~100mm (有效长度应大于40mm),宽度10mm±0.5mm,厚度2.0mm±0.2mm的矩形试样,或者选用符合GB/T 528-2009中规定的1型或2型哑铃型试样,然后用夹具将其拉伸20%,放入温度为(40±2)℃,臭氧浓度为(50±5)×10 ⁻⁸ 的环境中放置70h,取出,检查表面是否龟裂。					无龟裂													
P	撕裂强度	按GB/T 529-2008,选用无割口直角形试样进行试验。					撕裂强度≥20KN/m													
Q	低温脆性	按GB/T 15256-1994规定的方法进行,选用A型试样。					脆性温度不高于-40℃													
R	静刚度试验(Z向)	环境温度20±3℃,径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN。记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					7800N/mm±15%													
S	扩展静态刚度试验	1.X向-加载±5kN;以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN。记录刚度曲线。 2.X向、Y向、Z向-加载±500N;以速度12±2mm/min加载±500N,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±500N。记录刚度曲线。					记录刚度曲线													
T	动态刚度(仅Z向)	在静刚度测试完之后,按此状态继续进行动态刚度测试。 对样件施加振幅为±0.025mm的震动载荷,频率从10Hz到190Hz,增幅10Hz。 进一步,对样件施加振幅为±1mm的震动载荷,频率从0Hz到50Hz,增幅5Hz。 记录动态刚度曲线。					100Hz时:动静比1.5(参考) 高频Phase:6.0deg(参考) 低频Phase:4.5deg(参考)													
U	静扭转刚度	环境温度20±3℃,以速度1000deg/min扭转样件,最大扭转角度±25°,预加载4次。之后预载0°,以速度1000deg/min扭转样件,最大扭转角度±25°。记录刚度曲线并计算0到±5Nm之间的刚度值。					<2Nm/deg													
V	耐高低温试验	先测试样件Z向静刚度。 1.将样件在-40℃环境下放置24h,取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。 2.将样件在+80℃环境下放置24h,取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。					测试结果仅供参考													
W	耐久性试验	步骤一:径向加载±2950N,频率2Hz;扭转2±14deg,频率1.3Hz,循环7160次。 步骤二:径向加载±5000N,频率2Hz;扭转±5.5deg,频率1.3Hz,循环500次。 步骤三:径向加载±3300N,频率2Hz;扭转±4deg,频率1.3Hz,循环3480次。 步骤四:径向加载±5500N,频率2Hz;扭转1±13deg,频率1.3Hz,循环1363次。 步骤五:扭转+25~-19deg,循环1次。步骤一至步骤五为一个周期。总计10个周期					试验后刚度变化不超过±15%													
X	扩展耐久试验	1.衬套老化:产品装夹,在臭氧浓度200pphm,38℃环境下放置168h;再在80℃环境下放置168h。2.测试Z向静刚度。3.径 向加载3kN;扭转角度±20°,频率1Hz,循环10万次;同时,根据SAE J726每小时浇泥水5分钟。4.测试Z向静刚度,并计算变化率。					试验后刚度变化不超过±30%													
Y	粘接试验	如图2所示,沿稳定杆轴向对稳定杆施加推力,直到稳定杆和衬套完全分开。然后记录最大的力并观察粘合剂表面。					压脱力F>5000N; 粘接面积>90%													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				


图2 轴向压脱试验 (1:4)

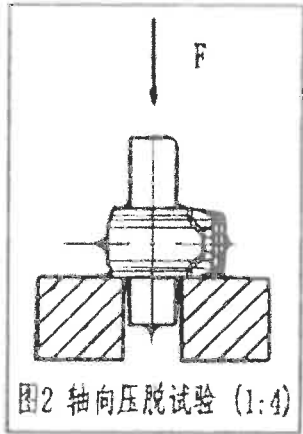

技术要求:

- 表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX;
- 未注尺寸请参照3D数模;
- 未注橡胶公差尺寸按《GB/T3672.1》中M3级执行;
- 产品表面合适位置做永久性标识,内容包括供应商代码、匹配杆径、型腔号、时间钟,字体高度宽度不小于2.5m,深度不小于0.25mm,字符间距不小于0.2m;
- 禁用、限用物质要求按《Q/JLY J7110456B-2012》执行;
- 其它测试项目参照《附表1试验项目清单》进行;
- 衬套与稳定杆采用二次硫化方案;
- 出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。

图1 产品定向

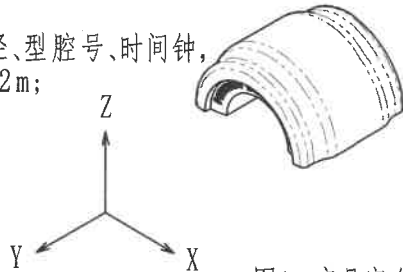

2		橡胶	1	R6949-H57	
1	8888677231/01-01	塑料骨架	1	PA66+GF50	C114394/01-01
序号	图号	名称	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		1:1	30.1g	组件	C114820-CPSJ
热处理-表面处理				名称	
				吉利FS11前稳定杆衬套上衬套D25.5 (前稳定杆衬套)	
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
李新	张亮	钱林强	毛伟	蒋子杰	稳定杆系统
图样标记	S			2025.12.16	
				共1张 第1张	
					安徽中鼎密封件股份有限公司
					A3