


	1	2	3	4	5	6	7	8			
A	表1:橡胶材料试验										
	试验项目		试验方法(Q/JL J125007-2010②)					试验要求			
	衬套橡胶硬度		按GB/T 531.1规定的方法进行试验					邵氏硬度 55±3SHA			
B	胶料拉伸强度试验		按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min					≥14MPa			
	胶料断裂伸长率试验							≥400%			
C	热空气老化试验		按GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中照规定的方法进行试验,经70℃×72h后					硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化率≤20%MAX 断裂伸长率变化率≤20%MAX			
	压缩永久变形		按GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中照规定的方法进行试验,试样选用A型,经70℃×22h后					压缩永久变形≤25%			
	橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中照规定的方法进行试验,臭氧浓度为(50±5) pphm,温度、时间、伸长率为40℃×96h×20%					试验后试样无龟裂			
	橡胶低温脆性		按GB/T 15256-2014规定的方法进行,选用A型试样,脆性温度不高于-40℃					试验后试样无龟裂			
D	撕裂强度要求		按GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型和新月形试样)》中要求,选用无割口直角形试样进行试验。					撕裂强度≥30KN/m			
E	表2:产品性能试验										
	试验项目		试验方法(QJLY J7110371E-2022)					试验要求			
	径向静刚度试验(Z向)		环境温度20±5℃.径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次.之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN.记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					9000N/mm±15%卡箍测试			
	径向静刚度试验(X向)		环境温度20±5℃.径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次.之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN.记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					仅记录实验数据,结果不做判定			
	轴向静刚度试验(Y向)		环境温度20±5℃.径向以速度12±2mm/min加载±2kN,预加载4次.之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±2kN.记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					仅记录实验数据,结果不做判定			
F	动刚度试验(Z向)		1.幅值为±0.025mm,频率从10Hz到至600Hz进行扫频,步进10Hz。 2.幅值为±1mm,频率从0Hz到至50Hz进行扫频,步进5Hz。					仅记录实验数据,结果不做判定			
	扭转刚度试样(Ry向)		环境温度20±5℃,以速度10deg/min扭转样棒,最大扭转角度±25°,预加载4次。之后预载0°,以速度10deg/min扭转样件,最大扭转角度±25°。记录刚度曲线并计算±5Nm之间的刚度值。					≤1.4Nm/deg卡箍测试			
G	耐久性试验		1.对试验件先进行衬套径向静刚度测试; 2.施加径向预载6500N,同时以±20°,频率1Hz施加摆动(两端同向),循环10万次。同时在距离衬套中心100mm处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷; 3.试验完成后,取下样件,测量Z向静刚度。按照公式计算静刚度变化率:(试验前刚度-试验后刚度)/试验前刚度*100%					刚度变化率≤15%,无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响			
H	耐高低温试验		先测试样件Z向静刚度。 1.将样件在-40℃环境下放置24h,取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。 2.将样件在+80℃环境下放置24h,取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。					仅记录实验数据,结果不做判定			
	异响试验		1.测试径向刚度并记录刚度值; 2.测试部件安装在测试夹具中,在臭氧浓度为200pphm,38℃的环境下,放置168H,然后在80℃环境下放置168H; 3.按照衬套耐久要求条件进行试验,同时每1H,喷5min泥水混合物; 4.试验完成后取下零件测试Z向刚度,并计算刚度变化率; 5.测试完刚度后放置在-40℃环境下冷冻2H,去除后立即施加径向预载4761N,同时以±20Deg,频率1Hz,施加摆动,同时在距离衬套中心100mm处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷,直到衬套温度恢复到常温; 6.观察有无裂纹,瑕疵和过度的橡胶变形,无异响。					无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响,刚度变化仅做参考			
J	轴向力耐久		实验温度20±5℃,将稳定杆总成模拟装车状态安装在测试台上,一端使用稳定杆连接杆球头固定,另一端施加轴向恒定载荷(载荷为杆径最大振幅的2倍),在另一末端加载±15°的摆角,频率1Hz,实验次数10000次。					稳定杆和衬套内壁、衬套与夹箍之间相对滑移不得超过3mm,无异响			
K	DIN ISO 3302-1 Class M2										
		≤4	≤6.3	≤10	≤16	≤25	≤40	≤63	≤100	≤160	>160
	F	±0.1	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.5%
L	C	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.8	±0.7%
	1	2	3	4	5	6	7	8			

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
				初始图纸	A	20251210	马传德

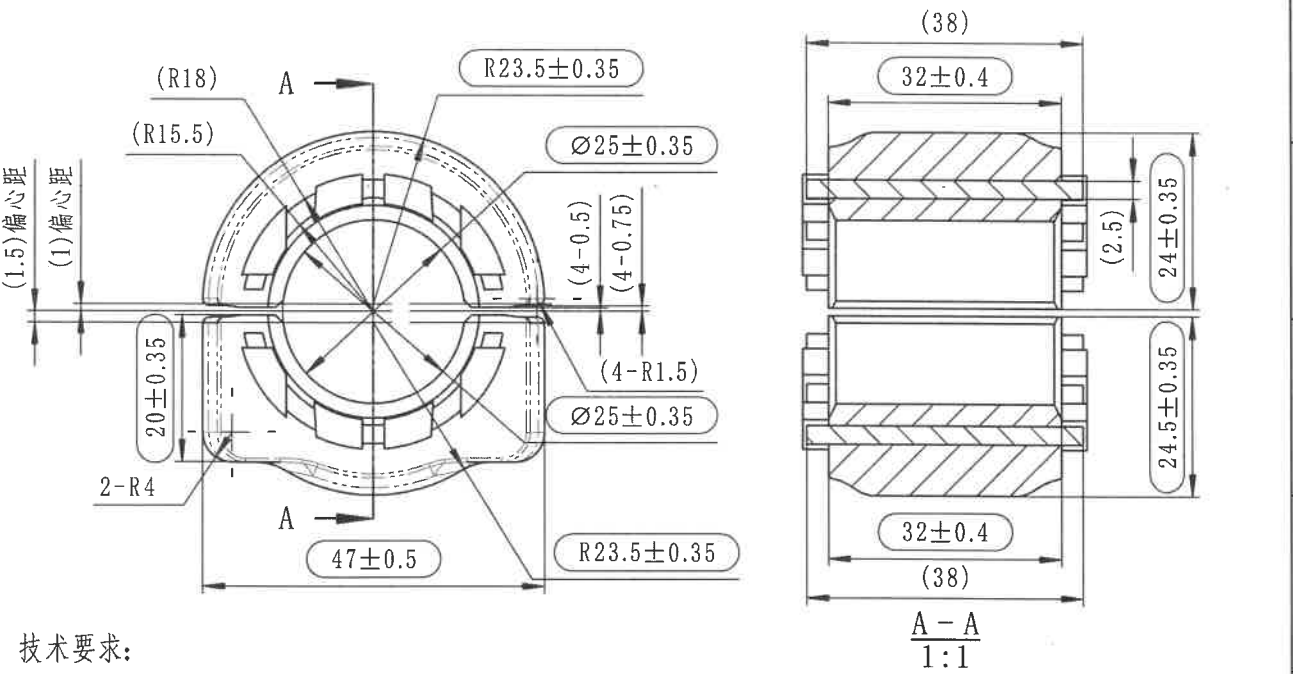

技术要求:

- 未注尺寸公差按照ISO 3303-1 M2级执行;
- 天然胶,橡胶材料硬度要求满足表1(产品硬度55±3shA),材料性能满足表1及DVP要求;
- ▽为重要特性,▽C为关键特性;
- 衬套表面刻字内容:材料标识、型腔号、零件号、杆径、时间钟、供应商代码等标识;各标识位置均匀分布在衬套两侧清晰无遮挡的橡胶空白表面;
- 衬套性能试验要求参照表2性能试验要求;
- 禁用物质要求:稳定杆总成应满足Q/JL J160001-2024《汽车零部件和材料禁用、限用物质要求》的要求;
- 衬套插件骨架使用的粘合剂公司和牌号为:杜邦/P-11+538(根据实际更新);
- 所有带○的尺寸为出厂检验尺寸。

2	101254/01-01	塑料骨架	2	12.3	PA66+GF35	C114837/01-01
1		橡胶	2	44.9	>NR+BR<(R5570)	
序号	图号	名称	数量	重量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号	
		1:1	57.2g	组件	C114837-CPSJ	
热处理:表面处理					名称	前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	
				马传德 20251210	稳定杆 系统	图号 101254 (JS873)
图样标记	S		共 1 张	第 1 张	安徽中鼎密封件股份有限公司	A3