


技术要求:


- 外观要求: 表面应光滑、无疤痕、无龟裂、不得存在气孔、气泡、瘤块、裂痕、砂眼、划伤、裂纹、缺胶、杂质等缺陷, 飞边<1mm;
- 橡胶材料: NR, 邵氏硬度: 50 ± 5 (参考), 材料性能按照GWT A M15-03:2018-10《汽车零部件用天然橡胶材料》标准NR514B2C1F1G3牌号执行:
 - 橡胶拉伸强度 $\geq 14\text{MPa}$, 断裂伸长率 $\geq 450\%$, 按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》中规定的方法进行, 试样按照1型试样, 试验速度500mm/min。
 - 热空气老化: 按照GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验, 经 $70^{\circ}\text{C}\times 70\text{h}$ 后, 硬度变化 $\leq +7$, 拉伸强度变化率 $\leq -20\%$, 断裂伸长率变化 $\leq -30\%$ 。
 - 压缩永久变形: 按照GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分: 在常温及高温条件下》中规定的方法进行试验, 试样选用A型, 经 $70^{\circ}\text{C}\times 22\text{h}$ 后, 压缩永久变形 $\leq 30\%$ 。
 - 耐臭氧性: 按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验》中规定的方法进行, 臭氧浓度 $(50\pm 5)\text{pphm}$, 温度、时间、伸长率为 $40^{\circ}\text{C}\times 70\text{h}\times 20\%$, 试验后试样无龟裂。
 - 低温脆性: 按照GB/T 1682-2014《硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法》中规定的方法进行, 在 -40°C 温度下3min后冲击无裂纹。
 - 撕裂强度要求: 按GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》中要求, 选用无割口直角形试样进行试验, 撕裂强度 $\geq 20\text{kN/m}$ 。
 - 耐磨性要求: 按 GB/T 1689-2014《硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)》要求执行, 试验完成后耐磨耗指数 $\geq 200\%$ 。
- 金属插片材料: DC01, 符合标准GWT A G31-02:2018-11《冷连轧低碳钢板及钢带》。(根据生产工艺来确定材料, 有需要则选择更合适的材料, 并执行相应标准)。
- 塑料骨架底座材料: PA66-GF30, 符合标准 GWT A M55-02:2019-09《汽车零部件用尼龙66(PA66)材料》。(根据生产工艺来确定材料, 有需要则选择更合适的材料, 并执行相应标准)。
- 刚度特性要求: 按GWT A C05-06:2020-10《车用橡胶减震零部件动静特性试验方法》执行, 径向刚度: 20000 N/mm 、扭转刚度不大于 2.5 N.m/deg , 刚度公差 $\pm 15\%$ 。
- 高温噪声: 将衬套与稳定杆短棒、支架装配在一起, 放入 100°C 温度下保温24h, 然后取出立即以 0.3Hz 的频率扭转 $\pm 25^{\circ}$, 扭转10个循环, 在噪声 ≤ 20 分贝环境下测试, 衬套测试综合噪声 ≤ 40 分贝。
- 低温噪声: 将衬套与稳定杆短棒、支架装配在一起, 放入 -40°C 温度下保温24h, 然后取出立即以 0.3Hz 的频率扭转 $\pm 25^{\circ}$, 扭转10个循环, 在噪声 ≤ 20 分贝环境下测试, 衬套测试综合噪声 ≤ 40 分贝。
- 温度交变试验: 将试件放入 $(-40\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 的环境温度中静置1小时, 取出后立即放入 $(100\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 的环境中, 重复以上过程6次, 试验完成后试件不得出现开裂、损伤和功能失效现象。
- 极限样件耐久试验:
 - 极限样件选取: 抽取稳定杆衬套最小硬度作为极限样件, 选取个数: 5个;
 - 试验方法: 在前横向稳定杆两端同步反向载荷, 频率 $(1\sim 3)\text{Hz}$, 前横向稳定杆振幅 $\pm 32\text{mm}$, 循环次数: 30万次, 试验前, 试验中 (15万次时) , 试验后分别测量各方向刚度曲线;
 - 判定标准: 各方向的刚度曲线变化在20%以内, 衬套无裂纹及破坏。
- 耐低温和耐高温试验 $(-40^{\circ}\text{C}/+90^{\circ}\text{C})$: 具体实验条件和标准参照产品开发技术要求。
- 衬套需相对杆体可滑移, 满足至少 $\pm 5\text{mm}$ 的位移量, 且满足室温耐久、高温耐久以及扩展耐久实验要求, 具体实验条件和标准参照产品开发技术要求。
- 静态附着力试验: 具体实验条件和标准参照产品开发技术要求。
- 其它未注尺寸参考3D数模, 未注公差参照公差表。
- 有毒有害物质限量要求: 产品满足GWT A A82-01:2019-12《汽车禁/限用物质要求》表1中适用市场区域标记为“中国”市场的有毒有害物质的限值要求和物质检测、结果判定、申报要求。
- 产品标识按照GWT A T13-01:2019-10《汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识和标记》相关要求或填写标准中的具体标识要求。

未注公差表


基本尺寸	长度	圆弧半径
≤ 6		± 0.4
$> 6\sim 10$	± 0.18	± 0.5
$10\sim 18$	± 0.22	
$18\sim 30$	± 0.26	± 0.7
$30\sim 50$	± 0.31	
$50\sim 80$	± 0.37	± 0.9
$80\sim 120$	± 0.44	

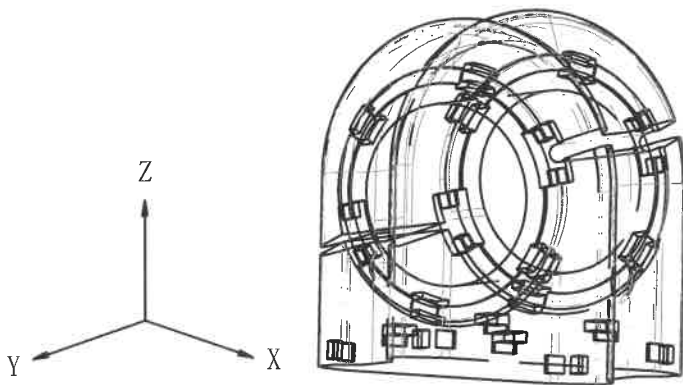

来历	客户版本号	来历变更标记	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
			首次下发试制图纸	A	20250424	范康祺

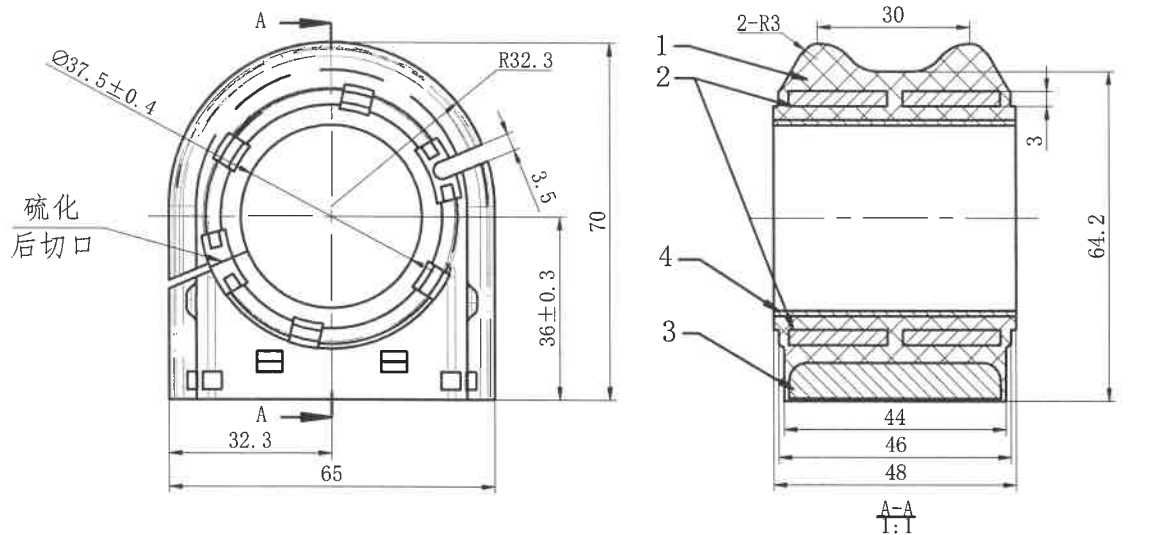

产品刻字示意图

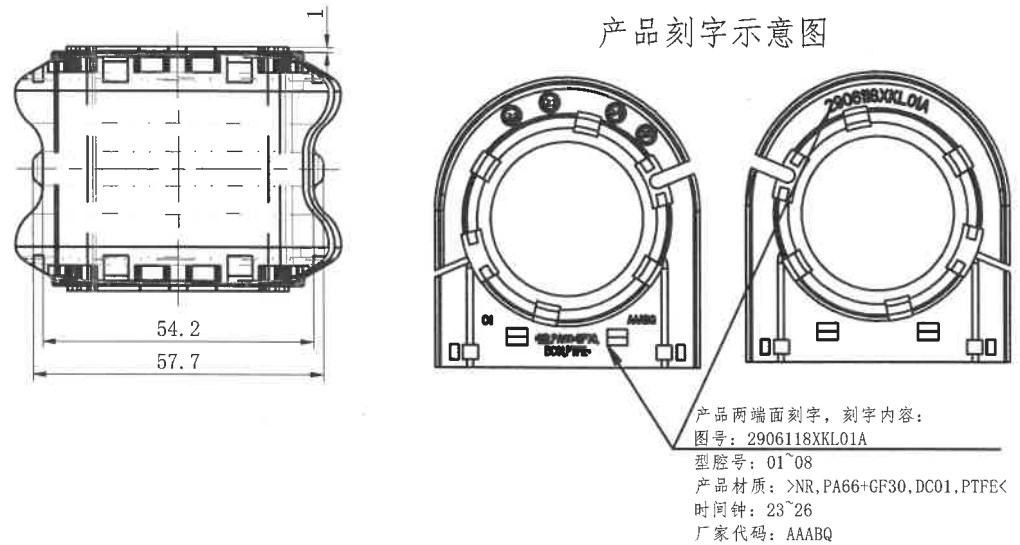

产品两端面刻字, 刻字内容:
图号: 2906118XKL01A
型号号: 01~08
产品材质: >NR, PA66+GF30, DC01, PTFE<
时间钟: 23~26
厂家代码: AAABQ

代用信息			本产品生产完全代用HB122 2906118XKL01A 20C90432351-AF01		
4	38029179/03-03	四氟管	1	PTFE	C904323/03-03
3	38029179/03-02	塑料底座	1	PA66+GF30	C904323/03-02
2	38029179/03-01	铁骨架	2	DC01	C904323/03-01
1		NR	1	NR(R5613)	
序号	图号	名称	数量	材料或规格	产品号
投影法 第一角画法		比例 1:1	质量(g) (REF)	材质 NR(R5613)	产品号 C90432352-CPSJ
热处理·表面处理				名称 前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)	
批准	标准化	审核	校对	设计	项目组
图样标记				范康祺 20250424	稳定杆 系统
S A B 共 1 张 第 1 张				安徽中鼎密封件股份有限公司	