



We create chemistry

Acronal® PRO 780 CN

应用于 C3-C4 中等防腐等级的
单组分丙烯酸乳液



在亚太地区，水性工业涂料市场是规模最大、增长最快的领域。巴斯夫致力于通过前沿科技与客户携手共创价值，旨在全面满足多样化的性能需求与要求。Acronal® PRO 780 CN 是一款具有独特阻隔性能和抑制腐蚀的聚合物乳液，凭借其中等强度的 C3-C4 防腐性能，完美适用于各类工业应用。

产品亮点

- 增强的耐腐蚀性，50~60μm膜厚，500小时盐雾测试（SST）
- 与活性颜料的优异相容性
- 优异的耐水性，良好的耐凝露
- 与水性树脂的良好相容性
- 易于施工，可进行厚膜涂装
- 在钢材上具有良好的附着力
- 无APEO，环保型

应用领域

- 中等级金属防护
- 适用于工业金属涂料中的底面合一（DTM）和底漆

Acronal® PRO 780 CN

应用于 C3-C4 中等防腐等级的单组分丙烯酸乳液

关键参数

外观	乳白色液体
固含	~ 50%
pH值	~ 8.5
粘度 @23 °C	~ 190 mPa·s
MFFT	~ 22°C

除部分标明计算值外，产品的物理参数取中间值


耐盐雾测试

500小时盐雾后



起泡：无，锈点：无，锈蚀延展：2-3mm

技术路线

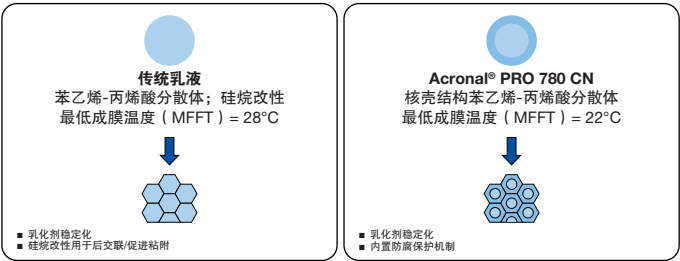

初始配方_Acronal® PRO 780 CN（哑光_浅灰色）

原材料	%wt	类型	供应商
研磨段			
去离子水	14.0	水	
分散剂	1.10	分散剂	
FoamStar® SI 2281	0.25	消泡剂	巴斯夫
Hydropalat® WE 3323	0.30	润湿剂	巴斯夫
钛白粉	12.00	颜料	
炭黑	0.15	颜料	
改性磷酸锌	7.00	防锈颜料	
滑石粉	5.00	填料	
氨水	0.20	pH 调节剂	
膨润土	0.04	防沉剂	
调漆段			
去离子水	2.00	水	
Acronal® PRO 780 CN	49.00	丙烯酸分散体	巴斯夫
乙二醇丁醚	3.00	成膜助剂	
醇酯十二	3.00	成膜助剂	
亚硝酸钠 (15% sol.)	0.30	抗闪锈剂	
Rheovis® PU 1291 (20%)	0.40	增稠剂	巴斯夫
去离子水	2.26	水	
共计	100.00		

基材：冷轧钢 干膜厚度 DFT：50-60µm 干燥条件：25°C，相对湿度50%，常温7天，然后再进行盐雾测试和其他测试
稀释：建议喷涂前用水稀释，雾化效果良好即可 表干时间：25分钟 实干时间：2小时

关键性能

耐水
30天泡水

凝露测试
14天



起泡：无
锈点：无
湿附着：0-1

外观：发白
起泡：无
锈点：无

施工方式：一层喷涂 施工粘度：40-50秒（DIN4杯）


巴斯夫树脂与助剂产品中心

网址：
www.basf-resins-additives.com
邮箱：
Resins-Additives-Asia@basf.com



扫描二维码，
了解更多巴斯夫
助剂产品和配方
等技术信息，
并索取样品。

巴斯夫树脂与助剂产品中心

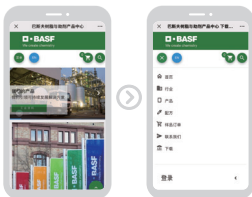

联系我们

上海

上海市浦东新区
江心沙路 300 号
邮编：200137
电话：+86 21 2039 1000

广州

广州市先烈中路 69 号
东山广场 28 楼 2808 室
邮编：510095
电话：+86 20 8713 6000

本出版物中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用，这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性的保证，用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利，恕不另行通知，上述信息亦不构成对产品合约质量的保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规的规定。在进行产品相关操作时，必须遵循安全数据表中所提供的建议及信息。另外，化学品处理工作环境及卫生措施必须符合法律法规的要求。