

Joncryl® PRO 1529

金属防护用经济型单组分丙烯酸乳液



产品概述

巴斯夫新品Joncryl® PRO 1529 是一款用于金属防腐涂料的单组分经济型苯丙乳液，经济适用性佳，推荐用于C1-C2 环境下金属防护涂料的应用。

产品亮点

- 产品经济，配方适应性广
- 与防锈颜料的稳定性好
- 耐QUV性能出色
- 干性快，耐水佳
- 不含APEO，环境友好

使用推荐

- 推荐用于一般工业涂料的应用

Joncryl® PRO 1529

金属防护用经济型单组分丙烯酸乳液



产品技术参数

关键参数	
固含量	~ 48 %
粘度 (25 °C, Brookfield)	~ 500 mPa·s
pH值	~ 8
密度 (按供货形式)	~ 1.04 g/cm³
最低成膜温度	~ 20 °C




性能特点


耐盐雾测试

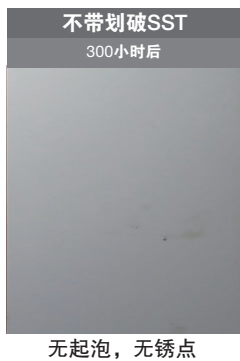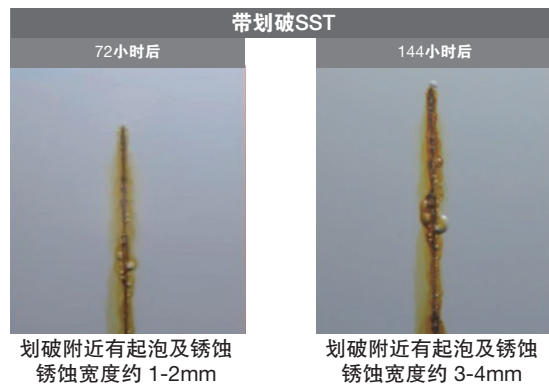

附着力测试

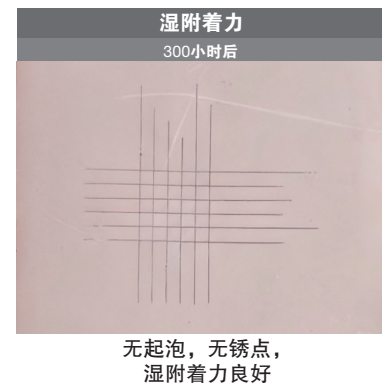

耐水性

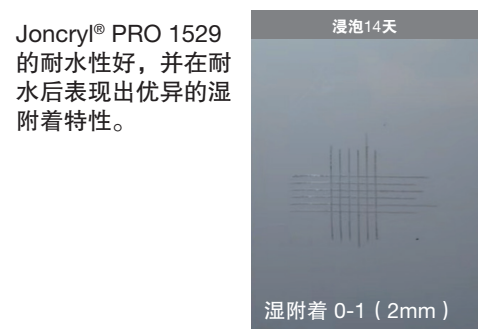

灰色漆 配方15% PVC, 含有6% 改性磷酸锌		
光泽 60°	66	
硬度 (摆杆/铅笔)	14/3B	
早期耐水性	常温干燥1天	大于14天
耐水性	常温干燥7天	大于14天
	常温干燥7天	~96小时
SST (带划破)	50°C*18小时	~144小时
	50°C*18小时	~300小时
耐QUVA	300小时	保光率85%, ΔE:0.5

推荐配方: 灰色漆

原材料	%wt	组分	供应商
研磨阶段			
去离子水	15.00	水	
分散剂	1.30	分散剂	
FoamStar® SI 2281	0.40	消泡剂	巴斯夫
Hydrolapat® WE WE 3221	0.30	润湿剂	巴斯夫
钛白粉	12.00	颜料	
改性磷酸锌	6.00	防锈颜料	
滑石粉	4.00	填料	
氨水	0.10	pH 调节剂	
膨润土	0.04	防沉剂	
调漆阶段			
去离子水	1.00	乳液	
Joncryl® PRO 1529	52.00	丙烯酸分散体	巴斯夫
乙二醇丁醚	2.50	成膜助剂	
醇酯十二	0.20	成膜助剂	
亚硝酸钠 (15% sol.)	0.20	抗闪锈剂	
炭黑色浆	0.50	色浆	
Rheovis® PU 1291 (20%)	0.20	增稠剂	巴斯夫
去离子水	3.20	水	
总计	100		


巴斯夫树脂与助剂产品中心

网址:
www.basf-resins-additives.com
邮箱:
Resins-Additives-Asia@basf.com



巴斯夫树脂与助剂产品中心

扫描二维码，
了解更多巴斯夫
助剂产品和配方
等技术信息，
并索取样品。

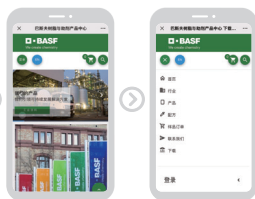

联系我们

上海
上海市浦东新区
江心沙路 300 号
邮编: 200137
电话: +86 21 2039 1000

广州
广州市先烈中路 69 号
东山广场 28 楼 2808 室
邮编: 510095
电话: +86 20 8713 6000

本出版物中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用，这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性的保证，用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利，恕不另行通知，上述信息亦不构成对产品合约质量的保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规的规定。在进行产品相关操作时，必须遵循安全数据表中所提供的建议及信息。另外，化学品处理工作环境及卫生措施必须符合法律法规的要求。