



We create chemistry

Joncryl® PRO 1558

用于金属防护的高性能单组分丙烯酸乳液

产品概述

巴斯夫新品Joncryl® PRO 1558，是一款应用于金属防护的高性能单组分丙烯酸乳液，具有出色的早期耐水性能，优异的耐候性，并且在配方中无须添加任何防锈颜料和缓蚀剂即可实现优秀的防腐性能。

产品亮点

- 简单配方可实现200~300小时耐盐雾性能
- 早期及最终耐水性优异，耐水后不易失光
- 优异耐候及耐QUV性能
- 湿附着性能佳
- 耐化学品性出色
- 抗闪锈性能佳
- 抗回粘性能好
- 可以实现不含磷的涂料配方
- 不含APEO，环境友好

使用推荐

- 推荐用于金属基材，底面合一（DTM）和防腐底漆的应用

Joncryl® PRO 1558

用于金属防护的高性能单组分丙烯酸乳液

产品技术参数

关键参数	
固含量	~ 44 %
粘度 (25 °C, Brookfield)	≤ 1000 mPa·s
pH值	~ 8
密度 (按供货形式)	~ 1.04 g/cm³
MFFT	~ 38 °C

应用领域：金属基材，底面合一和防腐底漆




性能特点

防腐性能表现

Joncryl® PRO 1558 展现出出色的防腐性能及湿附着特性。简单的配方即可通过200 - 300 小时的耐盐雾测试。

配方：色漆 - 17% PVC
色漆和清漆不含防腐颜料和缓蚀剂
基材：打磨过的冷轧钢；干膜厚度~60µm

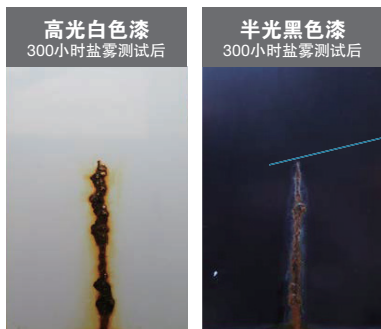

高光白色漆 300小时盐雾测试后
半光黑色漆 300小时盐雾测试后
板面无锈蚀，无起泡
划线部分起泡及外观锈蚀宽度小于2mm



恢复30分钟刮开看湿附着
剥离宽度2~3 mm




清漆 300小时盐雾测试后
无起泡，无锈点

耐水性

Joncryl® PRO 1558 有着出色的耐水性，泡水后基本无失光，同时湿附着力佳。

配方：~ 17% PVC, 只有钛白
基材：打磨过的冷轧钢板

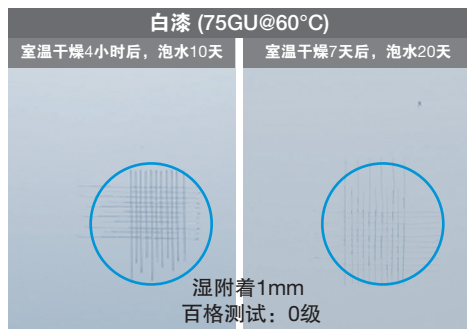


白漆 (75GU@60°C)
室温干燥4小时后，泡水10天
室温干燥7天后，泡水20天
湿附着1mm
百格测试：0级

干膜厚度~60µm	干燥条件	测试周期	漆膜外观现象
早期耐水	室温4小时	泡水3天	无起泡，无锈点，60°保光率 91%
		泡水10天	无起泡，无锈点，60°保光率 84% 湿附着 0级
	室温24小时	泡水3天	无起泡，无锈点，无失光
		泡水10天	无起泡，无锈点，无失光 湿附着 0级
耐水性	室温7天	泡水3天	无起泡，无锈点，无失光
		泡水20天	无起泡，无锈点/无失光 湿附着 0级

耐候性 (QUVA)

Joncryl® PRO 1558 耐候性优异，适用于户外应用场景。

QUVA - 白色漆

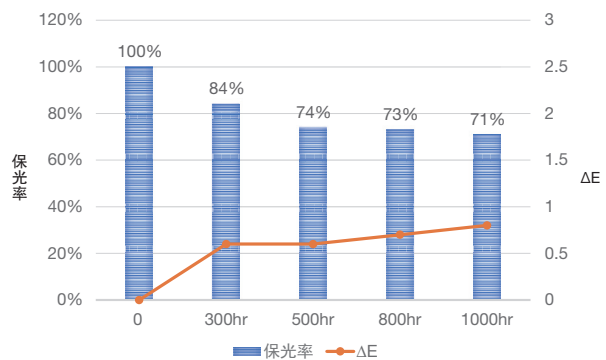

1个循环为4小时光照加4小时冷凝
光照条件为60°C, 辐照能量0.89W/m², 波长340nm


巴斯夫树脂与助剂产品中心

网址：
www.basf-resins-additives.com
邮箱：
Resins-Additives-Asia@basf.com



巴斯夫树脂与助剂产品中心

扫描二维码，
了解更多巴斯夫
助剂产品和配方
等技术信息，
并索取样品。

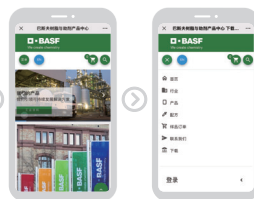

联系我们

上海
上海市浦东新区
江心沙路 300 号
邮编：200137
电话：+86 21 2039 1000

广州
广州市先烈中路 69 号
东山广场 28 楼 2808 室
邮编：510095
电话：+86 20 8713 6000