

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 10.04.2023	Código ARAOPE 12
	Título Normas para Pallets	Versión 10.04.2023	Página 1 de 12

Características	Pallet Verde /Nacional/ España/ R. Dominicana (PA) (MST)	Pallet México (PA) (MST)	Pallet Chep (USA) (PA) (CHP)	Pallet Chep México (PA) (CH2)
<u>DESCRIPCIÓN GENERAL:</u> "General Descripción" La fabricación de los Pallets puede ser con madera seca o verde rough. NOTA: Las características que se encuentran en madera de pino están presentadas en orden alfabético a continuación.	Estructura armada, basada en componentes o piezas con medidas estándares, según el tipo y uso de Pallets, el cual puede ser con piezas secas o verdes. Usado como base o medio de transporte y acopio de otros productos. Se utiliza básicamente en el área Industrial (fruta, alimentos y otros). Es un producto de corta vida útil ó desechable.	Estructura armada, basada en componentes o piezas con medidas estándares, según el tipo y uso de Pallets, el cual puede ser con piezas secas o verdes. Usado como base o medio de transporte y acopio de otros productos. Se utiliza básicamente en el área Industrial (cerveza, cemento y otros). Es un producto de vida útil variable y puede ser reciclado. Pallet Australia, NZ - Noruega, Sudáfrica – Perú – Puerto Rico, se clasifican bajo esta norma. (SECO) Portugal e Inglaterra se clasifican como México Verde	Estructura armada, basada en componentes o piezas con medidas estándares, según el tipo y uso de Pallets, armados con piezas secas. Usado como base o medio de transporte y acopio de otros productos. Se utiliza básicamente en el área Industrial (fruta y diversos productos de exportación). Es un producto reciclable y de larga vida útil.	Estructura armada, basada en componentes o piezas con medidas estándares, según el tipo y uso de Pallets, armados con piezas secas. Usado como base o medio de transporte y acopio de otros productos. PARA VENTA EXPORTACIÓN CHEP ARAUCO MEXICO

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 10.04.2023	Código ARAOPE 12
	Título Normas para Pallets	Versión 10.04.2023	Página 2 de 12

Características	Pallet Verde /Nacional/ España/ R. Dominicana (PA) (MST)	Pallet México (PA) (MST)	Pallet Chep (USA) (PA) (CHP)	Pallet Chep México (PA) (CH2)																																																													
A: Tolerancias (mm)	SECO VERDE <table><tr><th colspan="2">Tol. Espesor</th></tr><tr><td>-1 +2.5</td><td>-0 + 3</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Tol. Ancho</th></tr><tr><td>-2 +2</td><td>-0 + 3</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Tol. Largo Cross Cut</th></tr><tr><td>-1 +1</td><td>-2 +0</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Tol. Largo</th></tr><tr><td></td><td>-0 +20</td></tr></table> Largos 1870/2080/3200/ 3350/ 3660/ 4000/ 4270/ 4500/ 4880 Pallet España se generarán con una sobredimensión de +20. Luego de esa sobredimensión, aplicar tolerancia. SECO VERDE <table><tr><th colspan="2">Tol. Espesor</th></tr><tr><td>-1 +2.5</td><td>-0 + 2</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Tol. Ancho</th></tr><tr><td>-2 +2</td><td>-0 + 3</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Tol. Largo Cross Cut</th></tr><tr><td>-1 +1</td><td>-2 +0</td></tr></table> SECO17 mm SECO19 mm SECO89 mm <table><tr><th colspan="3">Tol. Espesor</th></tr><tr><td>-0.3 +2.1</td><td>-1.1 +1.3</td><td>-2.1 +1.9</td></tr></table><table><tr><th colspan="3">Tol. Ancho</th></tr><tr><td>-1.9 +1.3 (T) -1.7 +1.5 (T3)</td><td>-1.6 +1.6</td><td>-2 +2</td></tr></table><table><tr><th colspan="3">Tol. Largo Cross Cut</th></tr><tr><td>-2.6 +0.6</td><td>-2.6 +0.6</td><td>-2 +2</td></tr></table> Tolerancias con respecto a la factura. 89x127x190,5/95=> medida objetivo 88 mm (85.9mm – 89.9mm) PALLET CHEP USA MAS RESTRICTIVO QUE PALLET CHEP MEXICO SECO17 mm SECO19 mm SECO89 mm <table><tr><th colspan="3">Tol. Espesor</th></tr><tr><td>-1 +2.1</td><td>-1.4 +1.3</td><td>-2.4 +1.9</td></tr></table><table><tr><th colspan="3">Tol. Ancho</th></tr><tr><td>-2 +2</td><td>-2 +2</td><td>-2 +2</td></tr></table><table><tr><th colspan="3">Tol. Largo Cross Cut</th></tr><tr><td>-2.6 +0.6</td><td>-2.6 +0.6</td><td>-2 +2</td></tr></table>	Tol. Espesor		-1 +2.5	-0 + 3	Tol. Ancho		-2 +2	-0 + 3	Tol. Largo Cross Cut		-1 +1	-2 +0	Tol. Largo			-0 +20	Tol. Espesor		-1 +2.5	-0 + 2	Tol. Ancho		-2 +2	-0 + 3	Tol. Largo Cross Cut		-1 +1	-2 +0	Tol. Espesor			-0.3 +2.1	-1.1 +1.3	-2.1 +1.9	Tol. Ancho			-1.9 +1.3 (T) -1.7 +1.5 (T3)	-1.6 +1.6	-2 +2	Tol. Largo Cross Cut			-2.6 +0.6	-2.6 +0.6	-2 +2	Tol. Espesor			-1 +2.1	-1.4 +1.3	-2.4 +1.9	Tol. Ancho			-2 +2	-2 +2	-2 +2	Tol. Largo Cross Cut			-2.6 +0.6	-2.6 +0.6	-2 +2
Tol. Espesor																																																																	
-1 +2.5	-0 + 3																																																																
Tol. Ancho																																																																	
-2 +2	-0 + 3																																																																
Tol. Largo Cross Cut																																																																	
-1 +1	-2 +0																																																																
Tol. Largo																																																																	
	-0 +20																																																																
Tol. Espesor																																																																	
-1 +2.5	-0 + 2																																																																
Tol. Ancho																																																																	
-2 +2	-0 + 3																																																																
Tol. Largo Cross Cut																																																																	
-1 +1	-2 +0																																																																
Tol. Espesor																																																																	
-0.3 +2.1	-1.1 +1.3	-2.1 +1.9																																																															
Tol. Ancho																																																																	
-1.9 +1.3 (T) -1.7 +1.5 (T3)	-1.6 +1.6	-2 +2																																																															
Tol. Largo Cross Cut																																																																	
-2.6 +0.6	-2.6 +0.6	-2 +2																																																															
Tol. Espesor																																																																	
-1 +2.1	-1.4 +1.3	-2.4 +1.9																																																															
Tol. Ancho																																																																	
-2 +2	-2 +2	-2 +2																																																															
Tol. Largo Cross Cut																																																																	
-2.6 +0.6	-2.6 +0.6	-2 +2																																																															
A: Dimensiones: ESPESOR: Medida Factura (Nominal) Igual a la medida de producción	SECO: 18-22-45-50 VERDE: 2” -13.5-14-15-16-17-18-20-21-22-24-25-33-34-35-37-42-44-45-50-57-84-85-87-88-89-90-96-100	SECO: 12-13-14-15-16-16.5-17-17.5-18-19-20-21-22-24-25-26-32-33-36-37-38-42-44-45-48-50-67-72-75-76-78-87-89-95-100 VERDE: 12-14-15-16-16.5-17-17.5-18-19-20-21-22-23-32-33-34-35-36-37-38-40-44-49-65-83-84-85-88-90- 3 ½”	SECO: 17-19-89	SECO: 17-19-89																																																													

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 10.04.2023	Código ARAOPE 12
	Título Normas para Pallets	Versión 10.04.2023	Página 3 de 12

Características	Pallet Verde /Nacional/ España/ R. Dominicana (PA) (MST)	Pallet México (PA) (MST)	Pallet Chep (USA) (PA) (CHP)	Pallet Chep México (PA) (CH2)
ANCHO: Medida Factura (Nominal Igual a la medida de producción	SECO: 90-120-125-145-150 VERDE: 2" -40-44-45-70-73-75-86-87- 88-89-90-94-95-96-97-98-100- 115-117-118-120-123-125-127- 130-135-140-145-150	SECO: 44-60-67-70-74-75-76-78-79-80-83- 85-87-88-89-90-92-95-98-100-101- 102-105-112-120-125-127-130-135- 137-138-140-143-145-146-148-150- 152-193-200 VERDE: 6" -70-71-72-73-74-75-76-83-85-87- 88-89-90-92-93-94-95-97-98-100- 102-115-117-120-122-127-135-138- 140-147-148-150-154	SECO: 89-95-117-127-140	SECO: 89-95-117-127-140

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 10.04.2023	Código ARAOPE 12
	Título Normas para Pallets	Versión 10.04.2023	Página 4 de 12

Características	Pallet Verde /Nacional/ España/ R. Dominicana (PA) (MST)	Pallet México (PA) (MST)	Pallet Chep (USA) (PA) (CHP)	Pallet Chep México (PA) (CH2)
LARGO: Medida Factura (Nominal Igual a la medida de producción	SECO: 1000-1020-1200-1220 VERDE: 65-83-87-89-95-97-98-100-106- 113-115-118-125-130-140-143- 145-170-410-420-700-720-800- 824-920-940-970-1000-1010- 1016-1020-1040-1046-1054- 1060-1100-1110-1120-1130- 1140-1160-1170-1190-1200- 1219-1220-1260-1270-1350- 1420-1600-3332-3358-3422. 1870/2080/3200/ 3350/ 3660/ 4000/ 4270/ 4500/ 4880	SECO: 75-80-89-95-100-101-108-120-125- 127-135-137-145-148-150-160-165- 190.5-368-684-723-724-762-800- 810-812-813-825-830-840-847-850- 860-864-870-889-890-914-915-916- 920-926-936-940-950-965-980- 1000-1010-1013-1014-1015-1016- 1018-1020-1022-1040-1041-1044- 1045-1050-1051-1060-1066-1067- 1070-1080-1092-1100-1111-1117- 1118-1220-1124-1130-1140-1143- 1149-1150-1160-1168-1200-1217- 1219-1220-1240-1250-1270-1283- 1300-1302-1320-1322-1323-1350- 1420-1422-1430-1550-1900-1905- 2438-2440-2480-3048-3657-3780- 3935-4872. VERDE: 16’ -70-73-95-98-110-118-130-140- 800-804-812-824-914-920-930-965- 980-998-1000-1014-1016-1020- 1040-1041-1050-1066-1067-1074- 1078-1080-1100-1118-1120-1140- 1143-1160-1168-1200-1219-1220- 1240-1244-1245-1270-1283-1372- 3000-3200-3304-3350-3422-3700- 4000.	SECO: 95 - 190.5 – 936 - 1014-1217	SECO: 95 - 190.5 – 936 - 1014-1217
ALABEO: “Warp” (Bow, Twist, Crook and Cup)	Sin restricción, no es cuestionada (madera verde) Madera Seca Acepta Máximo 2mm /mt lineal	Bow : máximo 13 mm Twist y crook 6 mm cup: 1.6 mm		Flecha Máx 10 mm x mt lineal
ASTILLAMIENTO:	Limitar como el canto muerto.			Aplicar regla de Canto muerto.

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 10.04.2023	Código ARAOPE 12
	Título Normas para Pallets	Versión 10.04.2023	Página 5 de 12

Características	Pallet Verde /Nacional/ España/ R. Dominicana (PA) (MST)	Pallet México (PA) (MST)	Pallet Chep (USA) (PA) (CHP)	Pallet Chep México (PA) (CH2)
BAÑO ANTIMANCHA	Toda la madera verde con baño Madera seca sin baño.		No acepta baño químico.	Se acepta presencia de Baño Químico
BISELADO			Componente B1 y B2-3 revisar Anexo 1	Componente B1 y B2-3 revisar Anexo 1
BOLSILLOS DE RESINA: "Pitch Pockets"	Sin restricción, no es cuestionada			
CONTENIDO DE HUMEDAD	SECO: Máximo 18% en el 100% de las piezas		Máximo 18% en el 100% de las piezas, Mínimo, se recomienda No menos de 8% (Tacos medido en corte transversal)	Máx 18%, 100% piezas
CALIDAD DE ACABADO "Quality of Surfacing" Desgarro de fibra Marcas de Astillas Fibra Levantada Fibra Suelta Mordida de Máquina Desplazamiento de Máquina Surco (una depresión longitudinal) Sobre-relieve longitudinal Marcas de Cuchillo Cepillado Ondulante Quemadura de Máquina Saltos de Cepillo	Sin restricción, no es cuestionada y siempre que dichos defectos no sean de condición crítica.			Sin restricción, no es cuestionada y siempre que dichos defectos no sean de condición crítica.
CANTOS: "Edges" or "Narrow faces"	Considerados igual que la cara.			

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 10.04.2023	Código ARAOPE 12
	Título Normas para Pallets	Versión 10.04.2023	Página 6 de 12

Características	Pallet Verde /Nacional/ España/ R. Dominicana (PA) (MST)	Pallet México (PA) (MST)	Pallet Chep (USA) (PA) (CHP)	Pallet Chep México (PA) (CH2)
CANTO MUERTO: “Wane” Cara y trascara	Se acepta ½” del ancho x 1/3 del espesor, y en máx. 1/3 del largo de pza. El pencil wane se acepta a todo el largo de la pieza, solo por una cara y en ambos lados .	Acepta la mitad (½) del espesor x ½” de ancho en el 25% del largo de la pieza. (Máx 5% de las piezas / pqte)	Tablas T – T3 - CB: 5 mm prom espesor x todo largo ; 1 lado / solo trascara, 38 mm en el ancho Tacos: 1” espesor - 1” ancho x todo largo; 1 solo lado / Cara y trascara. PALLET CHEP USA MAS RESTRICTIVO QUE PALLET CHEP MEXICO	Se acepta hasta 1/3 respecto al ancho, hasta 100% en espesor siempre y cuando al menos 1 cara no pierda su medida en el ancho
CORTES TRANSVERALES DE SIERRA: "Sawcuts"	No es cuestionada			
DESVIACIÓN DE FIBRA O HILO: "Slope of Grain"	No es cuestionada		Se acepta máx un ángulo o razón de 1:8 a lo largo de la pieza.	
GRIETAS NATURALES O RAJADURAS NATURALES o sean grietas del corazón o grietas del anillo (llamadas acebolladuras) "Shakes" "Heart shakes" versus "Ring shakes"	No es cuestionada		No es cuestionada (se recomienda aplicar criterio Grieta de secado)	
GRIETAS DE SECADO: "Seasoning Checks"	Tablillas aceptan grieta superficial de máx. 1/16” (1,58 mm) de abertura por 25% del largo. Tacos acepta grietas superficiales de máx 1/16” (1.58 mm) en el 100% del largo y max de 1/13” (1.95 mm) de abertura por 2/3 del largo		Tablas de Piso (936/1014) Acepta máx. 1/16” de abertura y 6” de largo. T Pzas de cubierta 1/16” x 15” Largo Tacos acepta grietas superficiales de máx 1/16” de abertura todo el largo PALLET CHEP USA MAS RESTRICTIVO QUE PALLET CHEP MEXICO	

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 10.04.2023	Código ARAOPE 12
	Título Normas para Pallets	Versión 10.04.2023	Página 7 de 12

Características	Pallet Verde /Nacional/ España/ R. Dominicana (PA) (MST)	Pallet México (PA) (MST)	Pallet Chep (USA) (PA) (CHP)	Pallet Chep México (PA) (CH2)
GRIETAS QUE ATRAVIESAN EL CANTO, ASTILLAS O PARTIDURAS DEL CEPILLO que atraviesan el canto: "Planer Tears", "Checks & Shakes that cross to the edge"	No acepta			
GRIETAS, RAJADURAS O PARTIDURAS HECHAS POR LOS RODILLOS DEL CEPILLO: "Roller Checks"	Las Partiduras No se aceptan En el tema de la rajadura, se debe aplicar el mismo concepto de la Grietas Secado.			
MANCHA AZUL: "Blue Stain"	Acepta, mancha leve detenida máximo en un 25% del Área de la pieza Pallet R. Dominicana NO acepta mancha.	Pallet CAM (Centro América Costa Rica/ Perú): Madera acepta mancha Leve detenida, máx 25% del área de la pieza. Tacos acepta Leve detenida en toda la superficie. Aceptación temporal mancha Pallet México: Acepta mancha Leve detenida, máx 50% del área de la pieza. Tacos acepta Leve detenida en toda la superficie.	Acepta, mancha leve detenida, máximo en un 25 % del área de la pieza / No acepta Moho. Pallet Costa Rica: Madera acepta mancha Leve detenida, máx 25% del área de la pieza.	Se acepta Mancha Azul hasta un 100% de la pieza, en los componentes CB y BK. Para el resto de los componentes se acepta hasta un 25% de la pieza con mancha No se acepta Moho.
MANCHA CAFÉ (mancha de secado), MANCHA MARRÓN O CUALQUIERA MANCHA DE OXIDACIÓN: "Brown Stain", or any oxidation stain	Sin restricción			
MANCHAS, OTRAS: (Mancha cadena, aceite, barro, agua)	No se acepta	Máximo 10% de las piezas sólo en una cara.	No se acepta	Sin restricción
MADERA DE COMPRESIÓN (madera comprimida): "Compression Wood"	Sin restricción			

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 10.04.2023	Código ARAOPE 12
	Título Normas para Pallets	Versión 10.04.2023	Página 8 de 12

Características	Pallet Verde /Nacional/ España/ R. Dominicana (PA) (MST)	Pallet México (PA) (MST)	Pallet Chep (USA) (PA) (CHP)	Pallet Chep México (PA) (CH2)
MADERA PODRIDA y CORTEZA "Decayed wood":	No se acepta			No se acepta presencia de corteza.
MÉDULA: "Pith"	Sin restricción	Acepta médula firme. Criterio para aceptar piezas con médula corchosa sólo en un 10% del largo en un 10% de las piezas.	Acepta médula firme a todo el largo, no acepta médula corchoza que tenga pérdida de material.	Se acepta sin restricción médula firme y médula corchoza
NUDOS, individuales, vivos y fijos: "Sound and tight Knots"	Nudos Vivos: acepta sin restricción Nudos Fijos: acepta sin que afecte resistencia de la pieza	Nudos Vivos y fijos: Acepta sólo hasta 3/4 del ancho de la pieza en línea de medición En zonas de clavado acepta nudos fijos con diámetro máximo de 2". En piezas de ancho 3", acepta hasta 1,5" de diámetro. No acepta Nudos que afecten resistencia a lo largo y ancho de la pieza.	Tacos: 2 ½" T : 3 ½" = área clavado T3 : 2 ½" = área clavado CB, B : 2 ½" ; área clavado : 2" PALLET CHEP USA MAS RESTRICTIVO QUE PALLET CHEP MEXICO	Nudos Vivos: Acepta si limitación con diámetro de aceptación promedio ambas caras 3/4 del ancho de la pieza. Para 140mm => 4" / 89mm => 2_1/2" Nudos fijos: Acepta con diámetro promedio de aceptación ambas caras hasta 50% del ancho, incluyendo zona de clavado. Evitar incluir piezas críticas con riesgo evidente de fractura.
NUDOS MUERTOS (suelos o no suelos), HOYOS DE NUDOS, o PERFORACIONES o hoyos causados en el proceso de la acabado: "Dead and Loose Knots, Knot holes or holes from any cause" Definición: Perforaciones son aquellas que atraviesan de cara a cara; hoyos son aquellos que no atraviesan de cara a cara y solo se restringe su número; uno en cada canto y dos en cada cara como	Nudos Muertos: Acepta sin restricción siempre que no estén en la zona de clavado. Perforaciones: Acepta, pero no mayores a ½" de diámetro.	Nudos muertos: Acepta máximo uno de 1" a lo largo de toda la pieza, . Perforaciones: máximo de ½" acepta 3 por pieza, pero sólo una en zona de clavado	Tacos: 2 perforaciones de ½" T : 1 3/4" = área clavado T3 : 1 1/4" = área clavado Piezas CB, B Una de 1" fuera de la zona de clavado. En al zona de clavado no acepta perforaciones.	Nudos Muertos: Máximo 50% como promedio de sección respecto al ancho en ambas caras. Perforaciones: Se aceptan, con diámetro promedio máximo 50% del ancho sumados en una misma línea

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 10.04.2023	Código ARAOPE 12
	Título Normas para Pallets	Versión 10.04.2023	Página 9 de 12

Características	Pallet Verde /Nacional/ España/ R. Dominicana (PA) (MST)	Pallet México (PA) (MST)	Pallet Chep (USA) (PA) (CHP)	Pallet Chep México (PA) (CH2)
máximo.Se aplica criterio de sumatoria			PALLET CHEP USA MAS RESTRICTIVO QUE PALLET CHEP MEXICO	de medición
NUDOS: COMBINACIONES, RACIMOS O AGRUPAMIENTO DE NUDOS: (Fijos y/o Vivos) “Combinations of knots”	Se aceptan si es que no aceptan la resistencia de la pieza	Se miden como un sólo cuerpo de nudo en la misma línea de medición con respecto al ancho de la pieza y de diámetro medio aceptado. (sumatoria)	Se miden como un solo cuerpo de nudo en la misma línea de medición con respecto al ancho y de diámetro medio aceptado. (sumatoria), que no afecten resistencia	
PECAS, ACÍCULAS Y OJOS DE PAJARO. "Needle traces" or "needle marks" and “Bird’s Eyes”	Sin restricción, no es cuestionada			
ORIFICIOS, (HOYOS O AGUJEROS) DE INSECTOS:“Insect Holes"	No acepta			
PARTIDURAS O RAJADURAS EN LOS EXTREMOS: "Splits"	Aplicar criterio de la grieta de secado	Aplicar criterio de la grieta de secado	Aplicar criterio de la grieta de secado, pero no acepta ningún tipo de partiduras en las piezas o componentes externos.	
QUEBRADURAS EN LA “FIBRA ANORMAL” ALREDEDOR DE NUDOS UBICADOS EN EL BORDE DE LA CARA ANCHA: "Cross Breaks" in distorted grain in edge knots”.	Es aceptada, mientras sea del diámetro aceptado y no traspase a la otra cara. No se acepta en zona de clavado.	Es aceptada, mientras sea del diámetro aceptado y no traspase a la otra cara. No se acepta en zona de clavado.	Es aceptada, mientras sea del diámetro aceptado y no traspase a la otra cara. No se acepta en zona de clavado.	
QUEBRADURAS EN LA MADERA NORMAL: "Timber Breaks" or "Compression Breaks"	No se acepta			
RESINA y VENAS DE RESINA: "Pitch" and "Pitch Streaks"	Sin restricción			


 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 10.04.2023	Código ARAOPE 12
	Título Normas para Pallets	Versión 10.04.2023	Página 10 de 12

Anexo 1: Medidas de Biselado Chaflan

A continuación, se presenta información técnica del diseño del chaflan, válido para Pallet Chep Usa (CHP) y Pallet Chep México (CH2)

Los diseños son válidos para los siguientes materiales


- **Pallet Chep USA (B2-3): Material 1643340** PA CHP CHF SE 17x140x936x500 DAA8
- **Pallet Chep México (B2-3): Material 1643115** PA CH2 CHF SE 17x140x936x500 VAB1

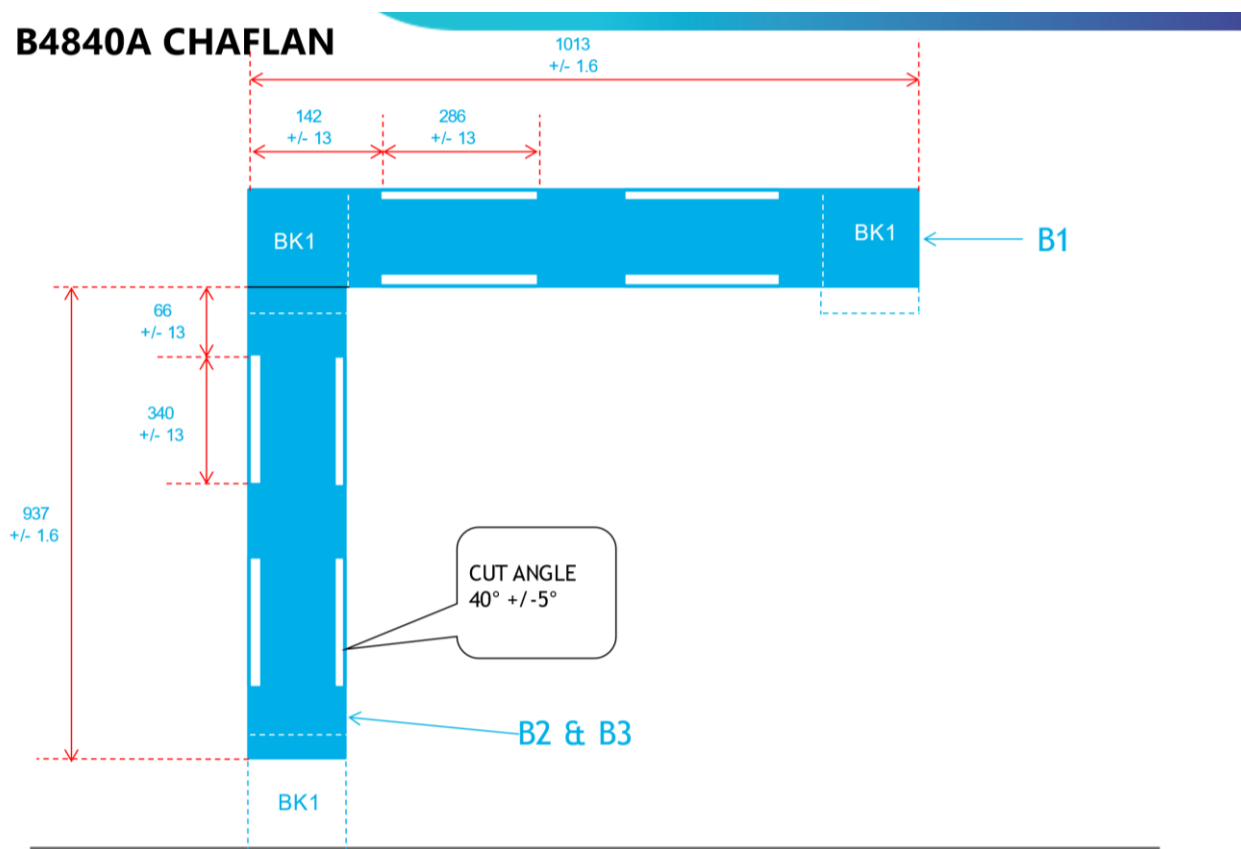

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 10.04.2023	Código ARAOPE 12
	Título Normas para Pallets	Versión 10.04.2023	Página 11 de 12

Pallet Chep USA (B1): Material 1643339 PA CHP CHF SE 17x140x1014x502 DAA8
Pallet Chep México (B1): Material 1643114 PA CH2 CHF SE 17x140x1014x502 VAB1

B4840A CHAFLAN

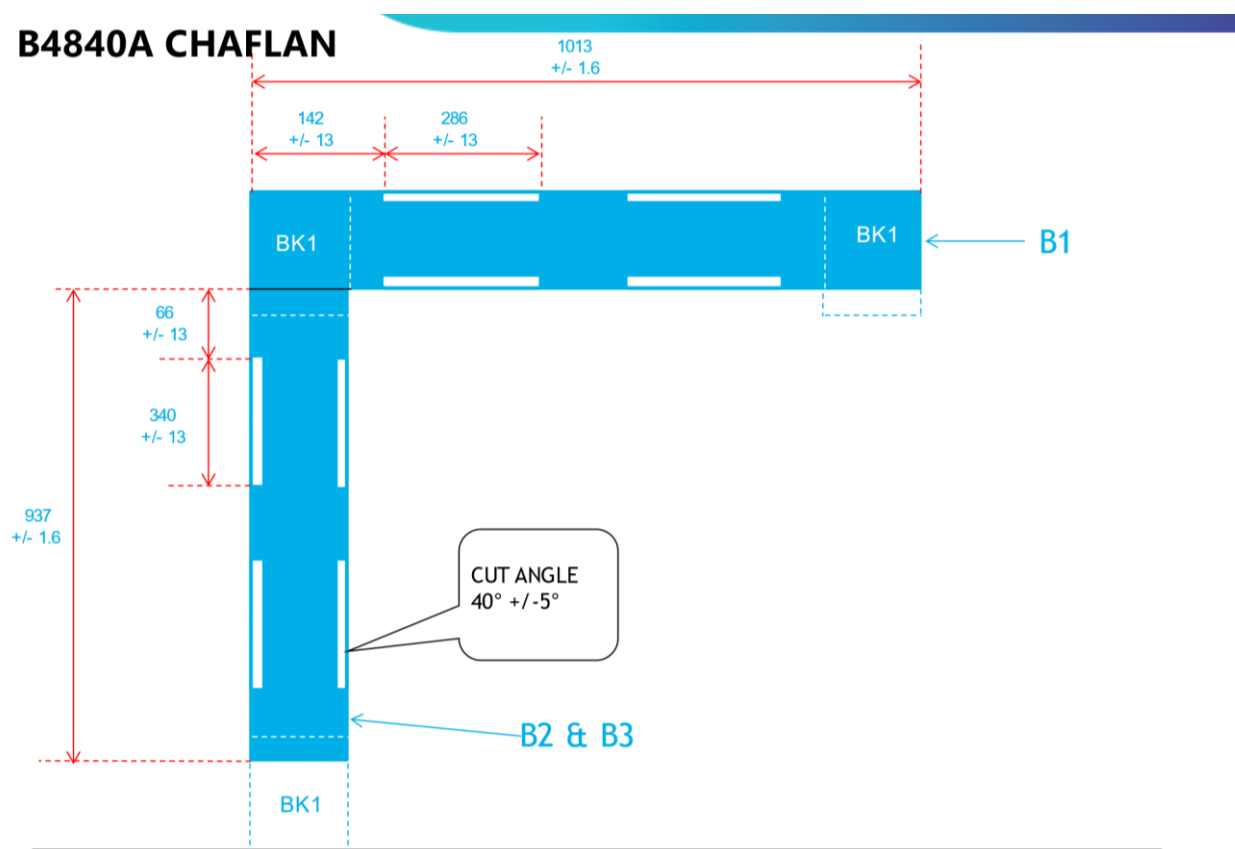

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 10.04.2023	Código ARAOPE 12
	Título Normas para Pallets	Versión 10.04.2023	Página 12 de 12

Anexo 2: Materiales Vigentes componentes Pallet Chep USA y Chep Mexico

A continuación, se presentan los materiales vigentes para los componentes T3/ T/ CB/ B1 y B2-3.

Tipo de Separación	Tipo de Taco	Norma Calidad	Material	Material	Marca Cliente	N° Piezas Alto	N° Piezas Ancho	Subtotal	N° Piezas Separador	TOTAL PIEZAS	Configuración Armado Alto
PIEZAS (2)	TS	Pallet USA CHEP (T3)	1643342	PA CHP RGH SE 17x89x1014x754 DAA8	631	61	12	732	11 + 11	754	20/20/21
PIEZAS (2)	TS	Pallet USA (B2-3)	1643340	PA CHP CHF SE 17x140x936x500 DAA8	633	61	8	488	6 + 6	500	20/20/21
PIEZAS (2)	TS	Pallet USA CHEP (B1)	1643339	PA CHP CHF SE 17x140x1014x502 DAA8	634	61	8	488	7 + 7	502	20/20/21
PIEZAS (2)	TS	Pallet USA CHEP (T)	1643341	PA CHP RGH SE 17x140x1014x502 DAA8	632	61	8	488	7 + 7	502	20/20/21
PALILLOS (1)	TS	Pallet USA CHEP (CB)	1643344	PA CHP RGH SE 19x127x1217x448 DAA8	628	56	8	448	0 + 0	448	18/19/19 (*)
PALILLOS (2)	TDER	Pallet USA CHEP (CB)	1643345	PA CHP RGH SE 19x127x1217x448 TDE1	628	56	8	448	0 + 0	448	18/19/19 (**)

PIEZAS (2)	TS	Pallet Chep México (T3)	1643116	PA CH2 RGH SE 17x89x1014x754 VAB1	NO	61	12	732	11 + 11	754	20/20/21
PIEZAS (2)	TS	Pallet Chep Mexico (B2-3)	1643115	PA CH2 CHF SE 17x140x936x500 VAB1	NO	61	8	488	6 + 6	500	20/20/21
PIEZAS (2)	TS	Pallet Chep México (B1)	1643114	PA CH2 CHF SE 17x140x1014x502 VAB1	NO	61	8	488	7 + 7	502	20/20/21
PIEZAS (2)	TS	Pallet Chep México (T)	1643113	PA CH2 CAL SE 17x140x1014x502 VAB1	NO	61	8	488	7 + 7	502	20/20/21
PALILLOS (1)	TS	Pallet Chep México (CB)	794739	PA CH2 RGH SE 19x127x1217x448 VAB1	628	56	8	448	0 + 0	448	18/19/19 (*)
PALILLOS (2)	TDER	Pallet Chep México (CB)	1643338	PA CH2 RGH SE 19x127x1217x448 TDE1	NO	56	8	448	0 + 0	448	18/19/19 (**)

Nota: 19x127x1217 empleará las siguientes configuraciones de materiales, dependiendo si son entregas compartidas o entregas full

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 10.04.2023	Código ARAOPE 12
	Título Normas para Pallets	Versión 10.04.2023	Página 13 de 12

Anexo 3: Referencia ubicación componentes Pallet Chep USA y Chep Mexico

