

NOTAS SOBRE LAS MATERIAS PRIMAS

(13/06/2020)

COMPONENTS OF MIX FOR THE PRODUCTION OF CONCRETE ROOF TILES

INGREDIENTS

DESCRIPTION

Sand

Max. granulometry 3 mm. The sand must be washed and clay free. It is recommended to use river sand rather than quarry sand as it is less abrasive and gives a better surface finish.

Cement

Portland 400/425. Lower grade cement can be used, but may not set strongly enough in 24 hours.

Water

Water without impurities.

Impurities may affect the setting of the cement.

Colourant

Iron or chromium oxides normally found on the mark

The most widely used oxide colouring agents, i.e. the agents added to the mix to obtain coloured concrete roof tiles, are in the list above (Oxide colouring agents).


The quantity of colouring agent to be added to the mix varies from a minimum of 2.5% to a maximum of 4 % of the quantity of cement

ARIDOS

El árido optimo para la producción como referencia puede ser de la siguiente granulometría.

nº Tamiz.	Abertura en mm.	%	% del total
4	4,76	0	0
8	2,38	10	10
12	1,7	17	7
116	1,19	27	10
30	0,59	57	30
50	0,297	78	21
100	0,149	94	16
200	0,074	97	3
Polvo	0,05		3
			100

nº Tamiz.	Abertura en mm.	Por abajo Izda.		Arena Ideal.	Por arriba. Dcha.	
4	4,76	0	0	0	0	0
8	2,38	17	17	10	5	5
12	1,7	27	10	7	4	9
116	1,19	37	10	10	8	17
30	0,59	65	28	30	32	49
50	0,297	83	18	21	24	73
100	0,149	97	14	16	19	92
200	0,074	99	2	3	3	95
Polvo	0,05			3		

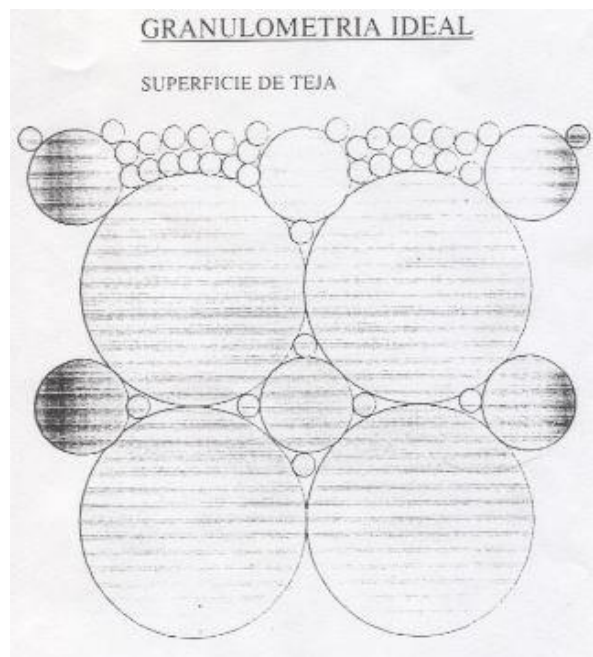

CEMENTO.

I 42,5R PÓRTLAND.(100%)

Los pesos de cemento en la teja, son de referencia para un tipo de molde y modelo que puede ser optimizado o no, en el caso de España

El ratio de arena/cemento utilizado en nuestras tejas son

Del 3,42 al 4,09(Teja Plana)

En Italia trabajan con el..... **3,3**

Con la mejor mezcla de áridos se puede reducir el cemento, pero siempre lo indicará la resistencia de la teja al desmoldeo y el empaquetado/paletizado.

Arena fina mejor aspecto, mayor arena gruesa mejora la resistencia.

PIGMENTO

Con el fin de igualar los colores de teja de todas las fábricas, debiendo compensar diferente color de las arenas y el cemento.

P / C : Marron 2,7 % .

P / C : Rojo 2,71 % .

P / C : Gris 2,8 % .

P / C : Gris 3,18 % .

P / C : Marron 3,64 % .

P / C : Gris 4,55 % (T. Plana por intensidad color).

IMPERMEABILIZANTES / HIDROFUGOS

El objetivo del impermeabilizante es adicionar elementos / componentes para una aportación de finos (si la arena utilizada no tuviera suficientes finos) cuyo objetivo fuera aumentar y resolver problemas de impermeabilidad sin otra finalidad y no alterar la estructura del hormigón resultante.

Es necesario añadir un poco de Impermeabilizante para garantizar la impermeabilidad, se han utilizado habitualmente estearatos en polvo.

0,822 gramos / teja hasta 3 gramos, en función del tipo de arena..

Las pruebas de impermeabilidad están establecidas para el certificado de garantía.

HUMEDAD DEL HORMIGÓN

La humedad de la pasta ideal que buscamos en nuestras condiciones son del 8 % al 9 %.

El objetivo generalmente es el 8,5 %

Puede llegar hasta el 10 % en casos muy especiales de árido y perfil teja, es bueno identificar la humedad de la pasta.

=====