



热压工序检验指导书

文件号	VHST-SIP-C37TB-003
版本号	A0
修订日期	2024/6/13
页数	1 of 5

客户/项目: 北汽/C37TB	零件号: A00129936/A00129937
图纸名称: /	零件名称: 左/右A柱上加强板
图纸版本号: REV01	模具号: HSTD241049-1

Inspect ID 检查序号	Characteristics 特性	Classification of characteristic 特性分类	Spec. or Description 规范或描述	Method 检查方法	Who&Freq. 检查人员&检查频次
1	材料厚度	B	1.2±0.08mm	目视+千分尺	IPQC: 首件, 1次/每垛
2	外观	/	A. 不允许有开裂、暗裂、叠料、起皱、缺料、生锈、压伤、变形、拉毛等外观缺陷 B. 确认生产氮气条件, 不允许有严重氧化皮 (存在疑问时需做临时抛丸验证) 注意: 检查凸包拉伸区域是否有暗裂或开裂现象	目视	IPQC: 首末件, 巡检1冲次/H 操作员: 100%/每批
3	基准面	B	自由状态RPS支撑块和产品表面贴平, 没有扭曲变形, 零贴面间隙≤0.2mm	目视+检具+间隙尺	IPQC: 首末件, 巡检1冲次/H
4	孔数	/	6个	目视	IPQC: 首末件, 巡检1冲次/H
5	型面	/	用相应的通止规或三角尺对产品四周的型面进行检查: PMP01-37型面公差: ±0.5mm (4.5-5.5mm) 未注面公差: ±1.0mm (4.0-6.0mm)	检具+间隙尺+通止规	IPQC: 首末件, 巡检1冲次/H
6	切边	/	将产品放在检具上, 固定热压检测基准, 用相应的边线规对切边进行检查, 此工序边+3.0mm以上	检具+边线规+直尺	IPQC: 首末件, 巡检1冲次/H
7	减薄率	B	客户标准: <20% 【料厚1.2mm, 厚度实测 > 0.96mm】 此工序内部加严: ≤18% 【料厚1.2mm, 厚度实测 ≥ 0.98mm】	尖头千分尺	IPQC: 首末件, 巡检1冲次/H
8	硬度	B	HV10: ≥400	维氏硬度计	检验员: 1冲次/首件/每批
9	力学性能	B	屈服强度: 950~1300MPa; 抗拉强度: 1300~1800MPa; 断后伸长率: A50≥5%;	万能试验机	检验员: 1冲次/每批
10	脱碳层	B	≤50 μm, 不允许完全脱碳	金相显微镜	检验员: 1冲次/每批
11	金相组织	B	主要为马氏体, 在强度满足要求的前提下, 允许有少量铁素体、贝氏体或残余奥氏体 (按照JB/T 9211-2008进行评级, 热成型零件的金相组织应为均匀的板条状马氏体 (2~6级));	金相显微镜	检验员: 1冲次/每批
12	永久标识 (热压打码)	/	/	目视	操作员: 100% IPQC: 首末件:1次/H
13	检具维护	/	1. 用气枪清理检具表面、孔位内氧化皮 2. 用无尘布清洁销钉	目视+气枪	IPQC: 1次/班
14	包装/标识	/	1. 与包装方案一致 2. 标识与实物一致	目视	操作员: 100% IPQC: 100%

备注: 【特性分类】 特殊特性标识规则: 客户 “□” 代表关键特性, 对应公司内部 “A”; 客户 “△” 代表重要特性, 对应公司内部 “B”; 发生4M1E变化时, 需重新进行首件检验。		
Issued by/起草: 丁木根	Checked by/审核: 杨井 李恒	Approved by/批准: 李恒
Date/时间: 2024.7.19	Date/时间: 2024.7.19	Date/时间: 2024.7.19



豪斯特
HOTSTAMPING TECH

热压工序检验指导书 (附页一：零件简图)

文件号

VHST-SIP-C37TB-003

版本号

A0

修订日期

2024/6/13

页数

2 of 5

客户/项目： 北汽/C37TB

图纸名称： /

图纸版本号： REV01


零件号： A00129936/A00129937

零件名称： 左/右A柱上加强板


模具号： HSTD241049-1

零件基准：左右件对称

说明：自由状态下（夹紧器打开）检测基准面。

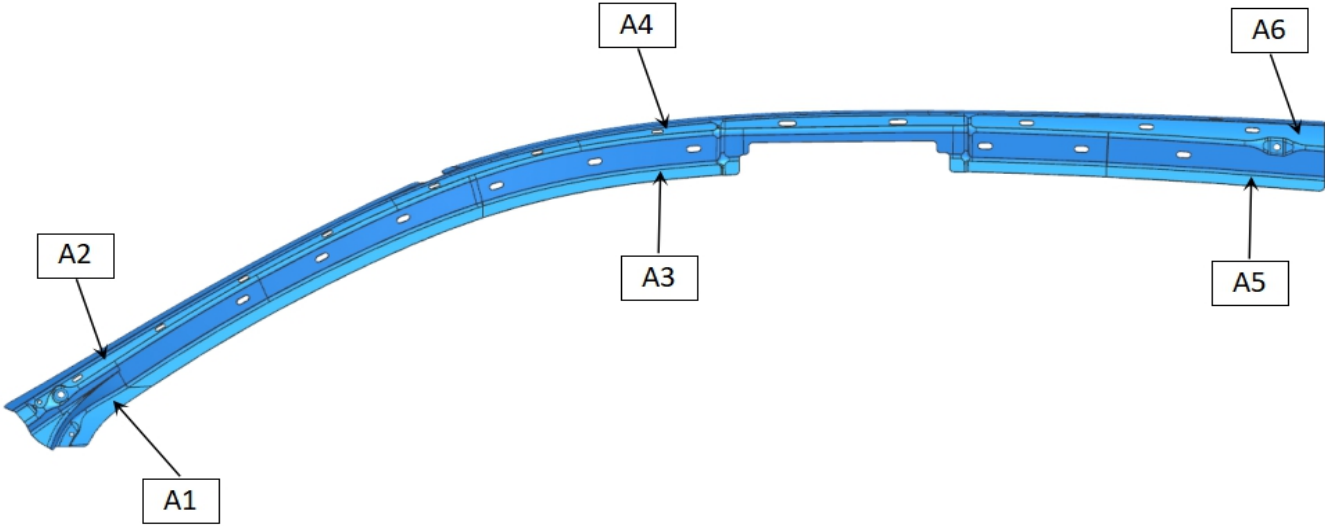

型面检测：左右件对称

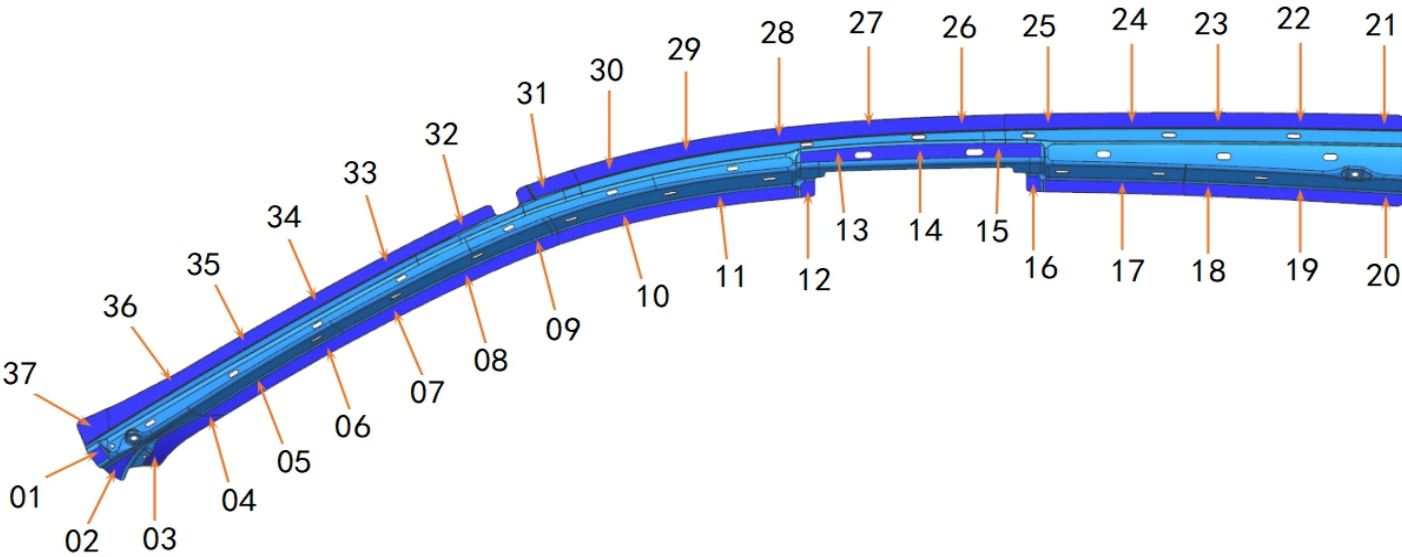

PMP01-37型面公差：±0.5mm（4.5-5.5mm）
未注面公差：±1.0mm（4.0-6.0mm）



豪斯特
HOTSTAMPING TECH

热压工序检验指导书 (附页二：零件简图)

文件号

VHST-SIP-C37TB-003

版本号

A0

修订日期

2024/6/13

页数

3 of 5

客户/项目： 北汽/C37TB

图纸名称： /

图纸版本号： REV01

零件号： A00129936/A00129937

零件名称： 左/右A柱上加强板

模具号： HSTD241049-1

性能取样：

A00129936/A00129937左、右A柱

上加强板


材料： 马钢CR950/1300HS（裸板）

料厚： 1.2mm



外形尺寸：

优先取P5试样，空间不够取P1

P5试样

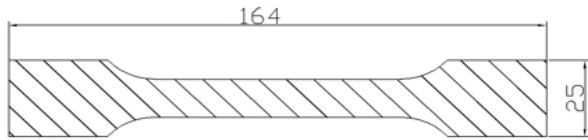

P1试样

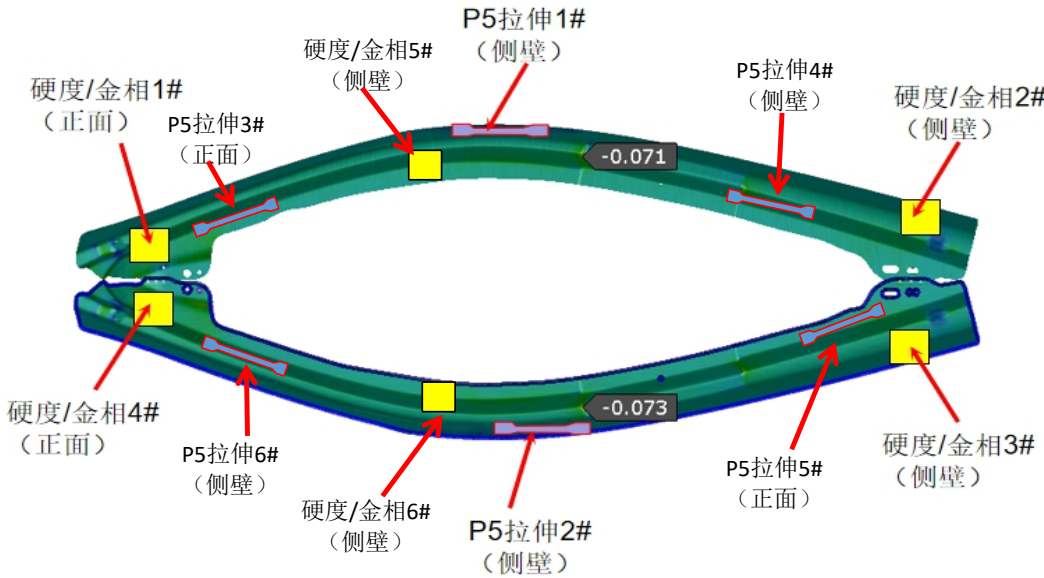



热压工序检验指导书 (附页三：零件简图)

文件号

VHST-SIP-C37TB-003

版本号

A0

修订日期

2024/6/13

页数

4 of 5

客户/项目： 北汽/C37TB

图纸名称： /

图纸版本号： REV01

零件号： A00129936/A00129937


零件名称： 左/右A柱上加强板

模具号： HSTD241049-1

CAE分析重点关注点：



如图红色线框所示，为产品较大的变薄点；
减薄原因说明：受成型R角处尖点影响，此处减薄现象基本不可能发生

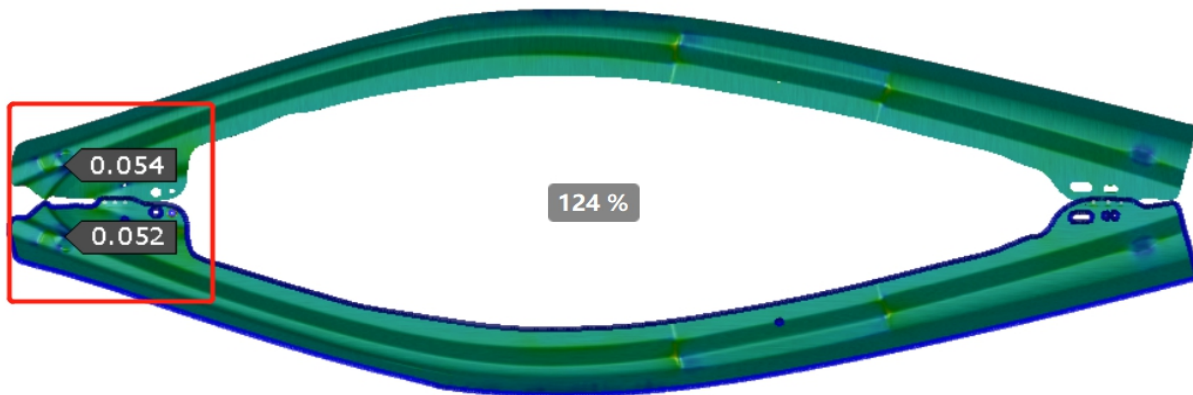

如图红色线框所示，为产品较大的增厚点；
增厚原因说明：此处为封闭转角处，受多个方向力汇集影响，此处增厚现象比较不可能发生。



文件号	VHST-SIP-C37TB-003
版本号	A0
修订日期	2024/6/13
页数	5 of 5

零件号: A00129936

零件名称: 左/右A柱上加强板

模具号: HSTD241049-1

表单编号: VHST-FM-C03-044A/1