


검 사 성 적 서(A)

승인항목	■ 외관 ■ 치수 □ 재질(MS) □ 성능(ES)			승 인			
모 델	E6S	공 급 자	우리하이피(주)	공 급 자	작 성	검 토	승 인
품 명	BUSBAR MTM	수 요 자	㈜한중NCS		고은채		조승현
품 번	Y099-03039A	검 사 일	2026-09-23				
재 질	A3003 - H14	검 사 자	고은채	수 요 자			
LOT NO	20260923-1	수 량	885 EA				

약 도

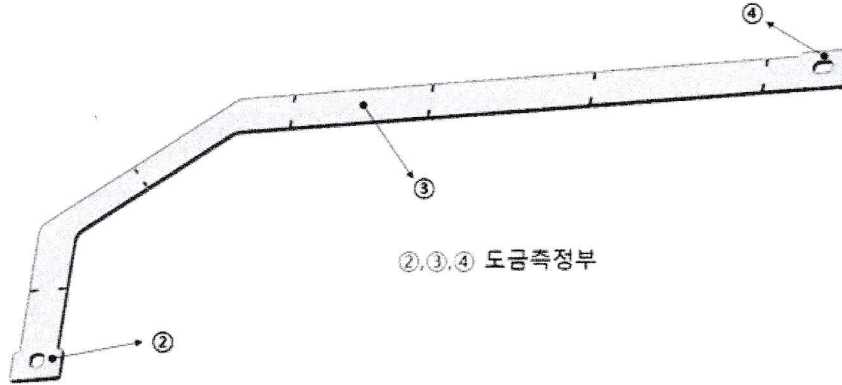

순 번	검사항목		규 격	공급자								수요자					
				GAUGE	관리 구분	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	판정	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	판정
1	외 관	금형, 찍힘	한도건본에 준할 것	육안	A	OK	OK	OK	OK	OK	합격						
		얼룩	한도건본에 준할 것			OK	OK	OK	OK	OK	합격						
2	밀착성	Cross Cut	Cross Cutting후 접착테이프부착하여 90도 방향 제거시 박리 없을 것.	칼,테이프	R	OK					합격						
		밴딩	제품을 70도 이상 밴딩, 절곡부 박리, 부풀음 등 이상현상 없을 것.	밴딩기	R	OK					합격						
3	도금두께② 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	4.870	6.630	7.107	7.419	7.108	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	1.636	2.582	2.884	3.356	3.233	합격						
	도금두께③ 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	5.233	6.170	6.052	6.910	6.193	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	1.977	2.309	1.999	2.989	2.871	합격						
	도금두께④ 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	6.283	5.520	5.719	5.792	5.547	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.689	1.899	1.596	1.856	1.903	합격						
	도금두께② 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	5.749	7.212	8.000	7.212	7.769	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.374	2.979	3.575	3.940	3.527	합격						
	도금두께③ 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	5.176	6.079	5.838	6.701	5.983	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	1.757	2.430	1.656	2.617	2.820	합격						
	도금두께④ 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	6.924	6.288	5.756	6.358	5.846	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.981	2.524	2.075	2.678	2.239	합격						

비 고