



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*168	20251001 -01	2025-10-01
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*168 Cu	Ni 1.0~2.0μm	415.7 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	168.0	-0.1		Reel/Lot	167.997				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL INSPECTION

NO	RESULT
1	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x168 초물 LOT NO : 251001-01 DATE : 25.10.01.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.308	1.430	1.553
1	1.317			
2	1.385			
3	1.393			
4	1.504			
5	1.553			
Mean	1.430			
S.Dev	0.096			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

표준편차 0.096
변동계수 6.703

우리하이피

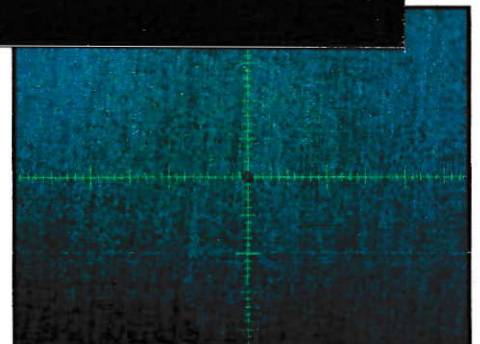

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x168 종물 LOT NO : 251001-01 DATE : 25.10.01.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.318	1.229 1.436 1.644
2	1.644	
3	1.500	
4	1.353	
5	1.367	
Mean	1.436	
S.Dev	0.135	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

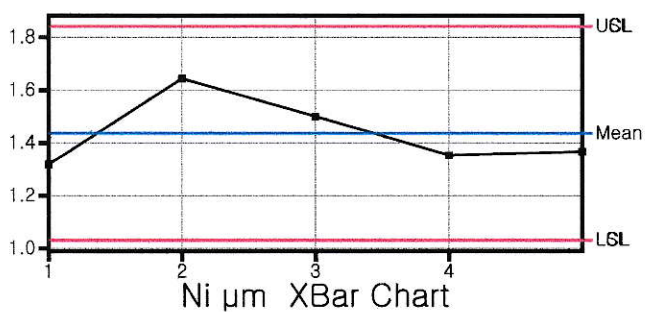

도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.644
최소값 1.318
범위 0.326
평균값 1.436
표준편차 0.135
변동계수 9.401

우리하이피

