



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.1*190	20251022 -01 ~ 02	2025-10-22
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.1*190 Cu	Ni 1.0~2.0μm	234.3 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	190.0	-0.1		Reel/Lot	189.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

10/22
0.1x190
① 178.3
② 46
총 234.3kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

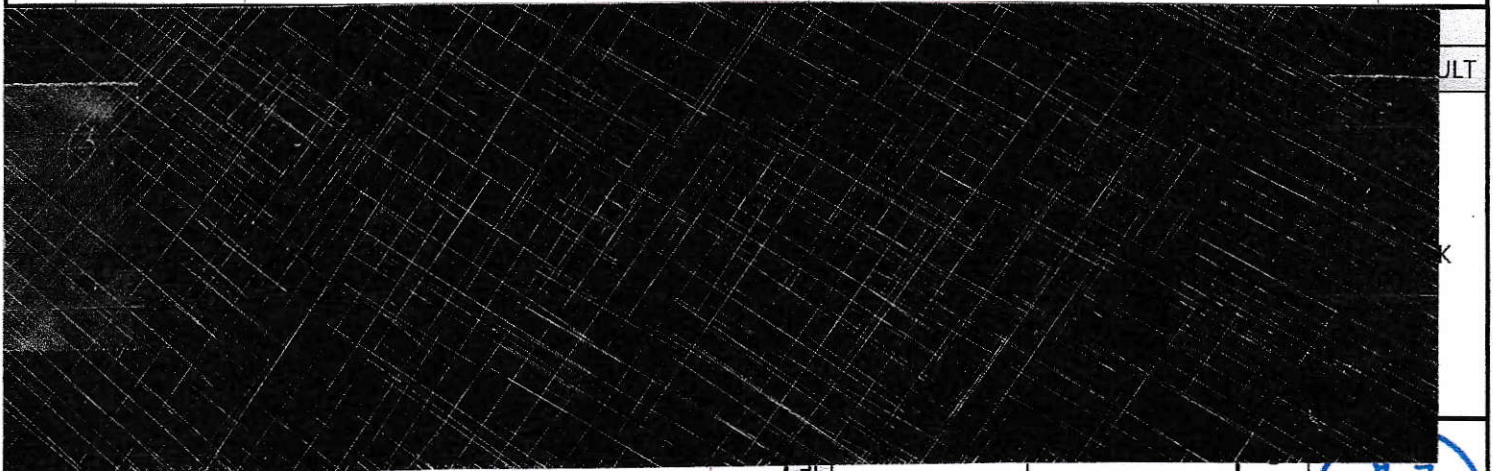

제품도면	0.1*190 190.0	리하이피	김영란	조승현	합판정	2025-10-22 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.1x190 초물 LOT NO : 251022-01 DATE : 25.10.22.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.392	1.442	1.492
1	1.433			
2	1.468			
3	1.451			
4	1.466			
5	1.392			
Mean	1.442			
S.Dev	0.031			

FUNC: MEASURE


COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

범위 0.070
평균값 1.442
표준편차 0.031
변동계수 2.169

우리하이피

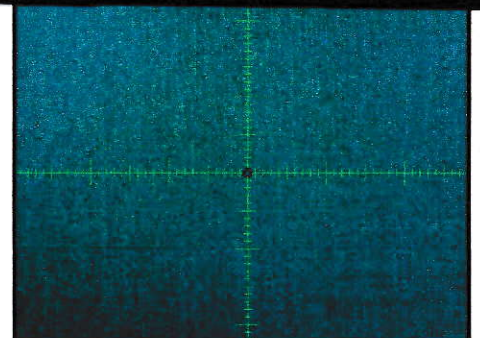


업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.1x190 종물 LOT NO : 251022-01 DATE : 25.10.22.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.409	1.409 1.473 1.538
2	1.486	
3	1.491	
4	1.471	
5	1.510	
Mean	1.473	
S.Dev	0.039	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec

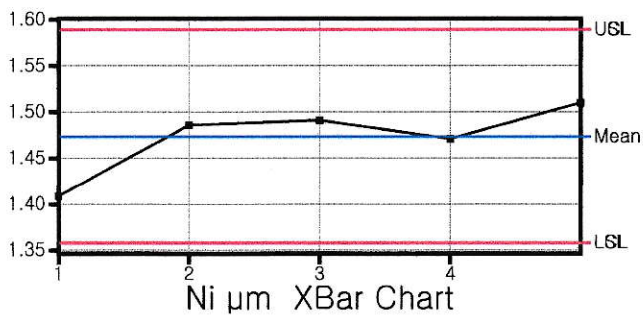

도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.510
최소값 1.409
범위 0.101
평균값 1.473
표준편차 0.039
변동계수 2.620

우리하이피

