



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260703 -01~03	2026-07-03
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	408 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.971	0.402
2						25.977	0.401
3						25.961	0.401
4						25.988	0.402
5						25.963	0.402
6						25.964	0.403
7						25.952	0.402
8						25.986	0.401
9							
10							

7/3
0.4 X 26
① 51 ⑤ 51
② 51 ⑥ 51
③ 51 ⑦ 51
④ 51 ⑧ 51
총 408 kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들거나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성 김영란	승인 조승현	종합판정	합격 2026-07-03 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260703-01 DATE : 26.07.03

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.040	2.007 2.050 2.094
2	2.058	
3	2.011	
4	2.073	
5	2.026	
6	2.094	
Mean	2.050	
S.Dev	0.031	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al
SEC : 15 Sec

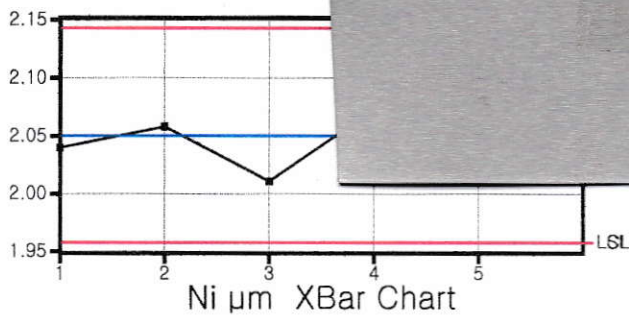

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
 최대값 2.094
 최소값 2.011
 범위 0.083
 평균값 2.050
 표준편차 0.031
 변동계수 1.499

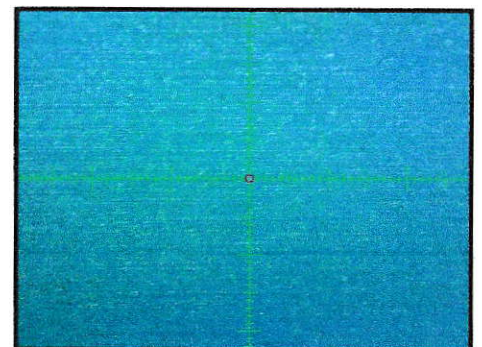

우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260703-08 DATE : 26.07.03

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.005	2.033	2.062
1	2.015			
2	2.059			
3	2.062			
4	2.032			
5	2.012			
6	2.020			
Mean	2.033			
S.Dev	0.022			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

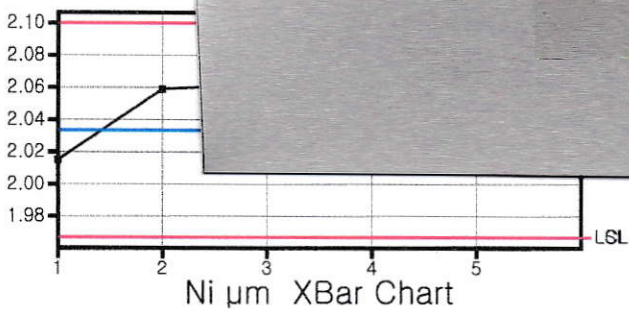

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.062
최소값 2.012
범위 0.050
평균값 2.033
표준편차 0.022
변동계수 1.089

우리하이피

