



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
피티씨	0.3*55	20241122 -01 ~ 02	2024-11-22
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	SHIPPING DATE(출하일자)
0.3*55 SUS 301 3/4H	Au 0.03 μ m Min	40.4 Kg	

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	55.0	-0.1		Reel/Lot	54.921				OK
2	간격	22.0			Reel/Lot	21.729				OK
3	도금폭	6.0			Reel/Lot	6.649				OK
4	간격	27.0			Reel/Lot	26.539				OK
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Au 0.03 μ m Min	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Ship)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상,하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 피티씨

품명 : 0.3X55

초물

LOT NO : 241122-01



DATE : 24.11.22.

No	μm Au	μm Ni	Au tolerance		
			0.032	0.035	0.038
1	0.035	0.183			
2	0.032	0.183			
3	0.034	0.236			
4	0.036	0.196			
5	0.037	0.181			
Mean	0.035	0.196			
S.Dev	0.002	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Au
Ni
SS

SEC : 15 Sec

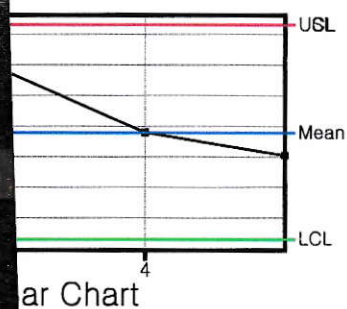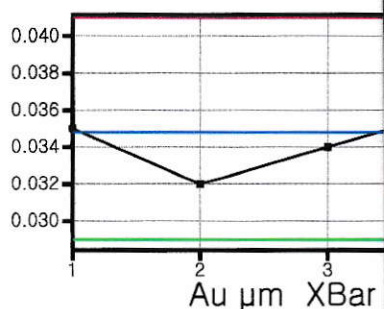

도금원소 : Au/Ni//SS

측정값 개수 5

최대값 0.037 0.236

최소값 0.032 0.181


범위 0.005 0.055

평균값 0.035 0.196

표준편차 0.002 0.023

변동계수 5.527 11.876

우리하이피

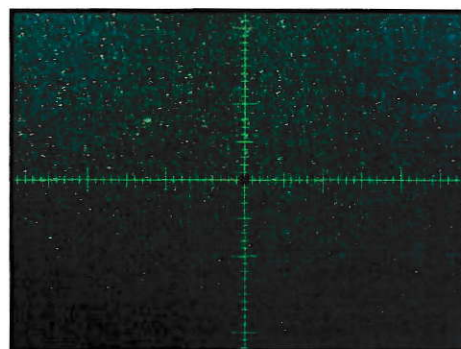

업체명 : 피티씨

품명 : 0.3X55 종물 LOT NO : 241122-01 DATE : 24.11.22.

No	μm Au	μm Ni	Au tolerance		
			0.033	0.036	0.039
1	0.039	0.163			
2	0.037	0.189			
3	0.033	0.228			
4	0.036	0.181			
5	0.034	0.199			
Mean	0.036	0.192			
S.Dev	0.002	0.024			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Au
Ni
SS

SEC : 15 Sec



도금원소 : Au/Ni//SS

측정값 개수	5	5
최대값	0.039	0.228
최소값	0.033	0.163
범위	0.006	0.065
평균값	0.036	0.192
표준편차	0.002	0.024
변동계수	6.669	12.533

우리하이피

