



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250317 -01 ~ 08	2025-03-17
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	448 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION I
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sh

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.962	0.601
2						29.992	0.601
3						29.993	0.602
4						29.994	0.603
5						29.986	0.603
6						29.992	0.603
7						29.997	0.602
8						29.991	0.602
9							
10							

3/17
0.6X30
① 56 ④ 56
② 56 ⑤ 56
③ 56 ⑦ 56
④ 56 ⑧ 56
총 448kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250317-08 DATE : 25.03.17.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.342	2.387	2.431
1	2.398			
2	2.411			
3	2.370			
4	2.431			
5	2.349			
6	2.361			
Mean	2.387			
S.Dev	0.032			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

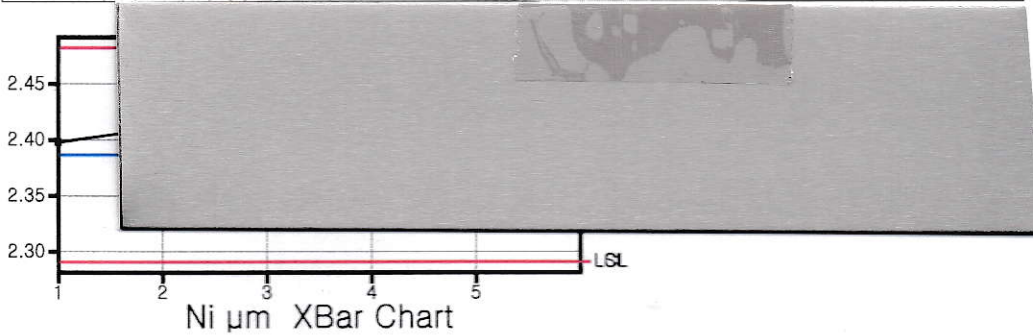

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.431

최소값 2.349


범위 0.082

평균값 2.387

표준편차 0.032


변동계수 1.330

우리하이피(주)

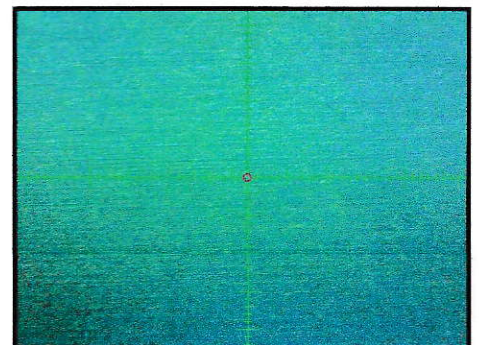


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250317-01 DATE : 25.03.17.

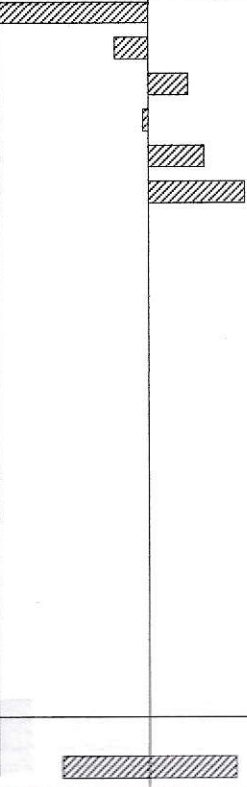No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.359	2.396	2.434
1	2.359			
2	2.388			
3	2.406			
4	2.395			
5	2.410			
6	2.420			
Mean	2.396			
S.Dev	0.021			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

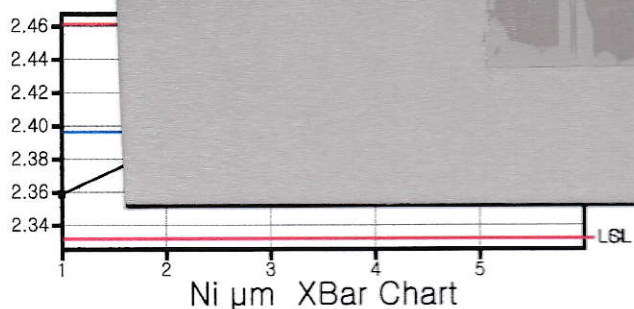

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.420
최소값 2.359
범위 0.061
평균값 2.396
표준편차 0.021
변동계수 0.896

우리하이피(주)

