



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250321 -01 ~ 08	2025-03-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	384 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

3/21

0.4x30

① 48 ⑤ 48

② 48 ⑥ 48

③ 48 ⑦ 48

④ 48 ⑧ 48

총 384Kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.995	0.402
2						29.997	0.403
3						29.992	0.403
4						29.998	0.402
5						29.996	0.401
6						29.997	0.402
7						29.995	0.402
8						29.991	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품 도면		우리 하이 피	작성	승인	종합 판정	
		고 객	작성	승인		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250321-01 DATE : 25.03.21.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.090	2.042 2.069 2.096
2	2.042	
3	2.078	
4	2.085	
5	2.063	
6	2.057	
Mean	2.069	
S.Dev	0.018	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al


SEC : 15 Sec

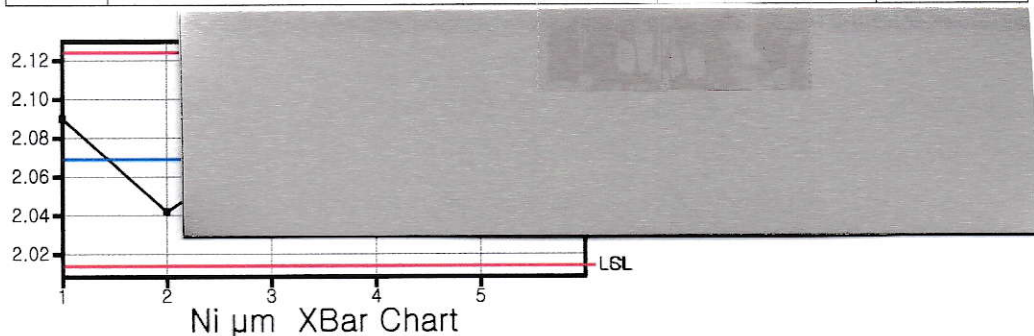

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.042
범위 0.048
평균값 2.069
표준편차 0.018
변동계수 0.888

우리하이피(주)

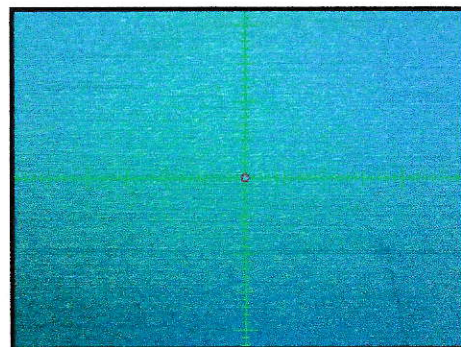


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250321-08 DATE : 25.03.21.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.010	2.049 2.088
1	2.010		
2	2.032		
3	2.029		
4	2.064		
5	2.078		
6	2.082		
Mean	2.049		
S.Dev	0.030		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

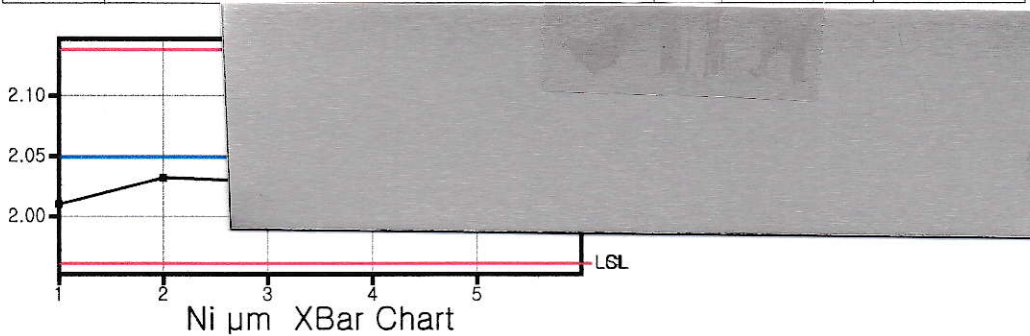

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.082
최소값 2.010
범위 0.072
평균값 2.049
표준편차 0.030
변동계수 1.442

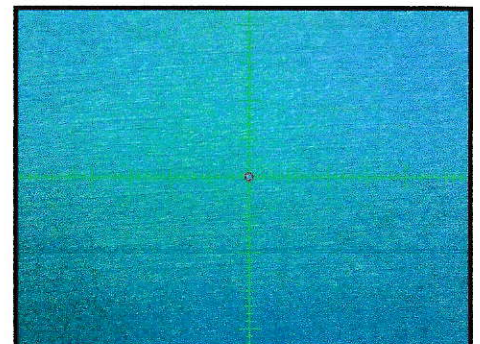

우리하이피(주)